



سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور  
معاونت اکتشاف  
مدیریت امور اکتشاف

گزارش نهایی پروژه

## کنترل و معرفی نواحی امیدبخش در ورقه یکصد هزارم شارقنج

مجری طرح: ناصر عابدیان  
 مجری فنی طرح: بهروز برنا  
 ناظر و مسئول فنی پروژه: مرتضی عشق آبادی

مشاور: شرکت مهندسین مشاور بهاوران معدن خراسان





## تشکر و قدر دانی

- در راستای تعریف پروژه ، طراحی ، نمونه برداری و کنترل مرحله نمونه برداری و تدوین این گزارش همواره از ارشادات و راهنمایی های مسئولین محترم و کارشناسان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور برخوردار بودیم که لازم است از یکایک آنان قدردانی و سپاسگزاری به عمل آید.

- از جناب آقای مهندس ناصر عابدیان ، معاونت محترم اکتشافات و مجری طرح .

- از جناب آقای مهندس بهروز بربنا ، مدیر محترم اکتشافات و مجری فنی طرح .

و از جناب آقای مهندس مرتضی عشق آبادی ، ناظر محترم و مسئول فنی پروژه که در تمامی مراحل انجام این پروژه ما را یاری فرمودند .

در خاتمه امید است با تدوین این گزارش در راستای توسعه فعالیت های اکتشافی در منطقه محروم شارقچ گامی موثر هر چند کوچک را برداشته باشیم .

مسلم است که مطالب این گزارش خالی از اشکال نبوده و مدیریت و کارشناسان شرکت مهندسین مشاور بهاوران معدن خراسان از انتقادات سازنده صاحب نظران استقبال خواهد نمود .

با تشکر

مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور بهاوران معدن خراسان

محمد چکشی



## فهرست مطالب

### صفحه

### عنوان

۱.	چکیده
<b>فصل اول: کلیات</b>	
۲.	-۱- مقدمه
۳.	-۱-۲- موقعیت جغرافیایی و راه‌های قابل دسترسی منطقه مورد مطالعه
۴.	-۳-۱- شرایط اقلیمی
۵.	-۴-۱- زمین ریخت‌شناسی

### فصل دوم: مروری بر اطلاعات موجود و مطالعات انجام شده

۷.	-۱-۲- زمین‌شناسی ناحیه‌ای
۷.	-۲- تکتونیک منطقه
۹.	-۳-۲- زمین‌شناسی اقتصادی
۹.	-۱-۳-۲- اثر معدنی مس شکسته سبز
۱۰.	-۲-۳-۲- اثر معدنی مس حوض دق
۱۰.	-۳-۳-۲- اثر معدنی میرخاش
۱۱.	-۴-۳-۲- اثر معدنی رشیدی
۱۱.	-۵-۳-۲- اثر معدنی غار کفتار
۱۱.	-۶-۳-۲- اثر معدنی شورک
۱۲.	-۷-۳-۲- کانی‌زایی سرب- آتیمیان چاه نقره
۱۵.	-۴-۲- فاز عملیات صحرایی برگه شارقنج

### فصل سوم: بررسی نواحی امیدبخش و مشکوک به کانی سازی

۲۱.	-۳- کنترل پتانسیل‌های معدنی در برگه ۱:۱۰۰،۰۰۰ شارقنج
۲۲.	-۱-۳- بررسی نواحی امیدبخش و مشکوک به کانی سازی در ورقه ۱:۵۰،۰۰۰ راویج
۲۵.	-۱-۱-۳- مسیر پیمایش R-1
۲۶.	-۱-۱-۱-۳- مسیر پیمایش R-1a
۲۹.	-۲-۱-۱-۳- مسیر پیمایش R-1b
۳۰.	-۳-۱-۱-۳- مسیر پیمایش R-1c
۳۱.	-۲-۱-۱-۳- مسیر پیمایش R-2
۳۲.	-۱-۲-۱-۳- مسیر پیمایش R-2a
۳۵.	-۲-۲-۱-۳- مسیر پیمایش R-2b
۳۶.	-۳-۲-۱-۳- مسیر پیمایش R-2c
۳۸.	-۳-۱-۱-۳- مسیر پیمایش R-3
۳۹.	-۱-۳-۱-۳- مسیر پیمایش R-3a



۴۴.	..... مسیر پیمایش R-3b	۱-۳
۴۷.	..... محدوده پیمایش R-4	۱-۳
۴۸.	..... مسیر پیمایش R-4a	۱-۳
۵۱.	..... مسیر پیمایش R-4b	۱-۳
۵۳.	..... مسیر پیمایش R-5 (شکسته سیخولی)	۱-۳
۵۴.	..... مسیر پیمایش R-5a	۱-۳
۵۵.	..... مسیر پیمایش R-5b	۱-۳
۶۰.	..... مسیر پیمایش R-6 (شکسته جمکرد)	۱-۳
۶۱.	..... مسیر پیمایش R-6a	۱-۳
۶۳.	..... مسیر پیمایش R-6b	۱-۳
۶۵.	..... مسیر پیمایش R-7	۱-۳
۶۵.	..... مسیر پیمایش R-7a	۱-۳
۶۷.	..... مسیر پیمایش R-7b	۱-۳
۷۱.	..... بررسی نواحی امید بخش و مشکوک به کانی سازی در ورقه ۱:۵۰،۰۰۰ رباط مورشك	۱-۳
۷۴.	..... مسیر پیمایش B-1	۱-۲-۳
۷۷.	..... مسیر پیمایش B-2	۲-۲-۳
۷۸.	..... مسیر پیمایش B-3	۳-۲-۳
۷۹.	..... مسیر پیمایش B-4	۴-۲-۳
۸۱.	..... مسیر پیمایش B-5	۵-۲-۳
۸۳.	..... مسیر پیمایش B-6	۶-۲-۳
۸۵.	..... مسیر پیمایش B-7	۷-۲-۳
۸۷.	..... بررسی نواحی امید بخش و مشکوک به کانی سازی در ورقه ۱:۵۰،۰۰۰ مهررخشن	۱-۳
۹۰.	..... مسیر پیمایش M-1 (شکسته قصاب)	۱-۳-۳
۹۰.	..... مسیر پیمایش M-1a	۱-۱-۳-۳
۹۵.	..... مسیر پیمایش M-1b	۲-۱-۳-۳
۹۹.	..... مسیر پیمایش M-2 (معدن مس شدادی مهررخشن)	۲-۳-۳
۱۰۵.	..... مسیر پیمایش M-3	۳-۳-۳
۱۱۰.	..... مسیر پیمایش M-4	۴-۳-۳
۱۱۴.	..... مسیر پیمایش M-5	۵-۳-۳
۱۱۶.	..... مسیر پیمایش M-6	۶-۳-۳
۱۱۸.	..... مسیر پیمایش M-7	۷-۳-۳
۱۲۲.	..... مسیر پیمایش M-8	۸-۳-۳
۱۲۷.	..... مسیر پیمایش M-9	۹-۳-۳
۱۳۰.	..... مسیر پیمایش M-10	۱۰-۳-۳
۱۳۵.	..... مسیر پیمایش M-11	۱۱-۳-۳
۱۳۸.	..... بررسی نواحی امید بخش و مشکوک به کانی سازی در ورقه ۱:۵۰،۰۰۰ چاه خشت	۱-۳
۱۴۱.	..... مسیر پیمایش CH-1	۱-۴-۳



۱۴۳.	.....	CH-2	-۲-۴-۳
۱۴۵.	.....	CH-3	-۳-۴-۳
۱۴۸.	.....	CH-4	-۴-۴-۳
۱۵۱.	.....	CH-5	-۵-۴-۳

#### فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۱۵۵.	.....	.....	-۴-۱-۱-۴
۱۵۵.	.....	.....	-۱-۱-۱-۴
۱۵۵.	.....	R-4	-۱-۱-۱-۴
۱۵۵.	.....	R-7	-۲-۱-۱-۴
۱۵۵.	.....	.....	-۲-۱-۱-۴
۱۵۵.	.....	M-1	-۱-۲-۱-۴
۱۵۶.	.....	M-2	-۲-۲-۱-۴
۱۵۶.	.....	M-4	-۳-۲-۱-۴
۱۵۷.	.....	M-6	-۴-۲-۱-۴
۱۵۷.	.....	M-7	-۵-۲-۱-۴
۱۵۷.	.....	M-10	-۶-۲-۱-۴
۱۵۸.	.....	.....	-۳-۱-۴
۱۵۸.	.....	Ch-2	-۱-۳-۱-۴
۱۵۸.	.....	CH-4	-۲-۳-۱-۴
۱۵۸.	.....	CH-5	-۳-۳-۱-۴
۱۵۸.	.....	.....	-۴-۱-۴
۱۵۸.	.....	B-1	-۱-۴-۱-۴
۱۵۹.	.....	.....	-۲-۴
۱۵۹.	.....	.....	-۱-۲-۴
۱۶۰.	.....	.....	-۲-۲-۴
۱۶۱.	.....	.....	-۳-۲-۴
۱۶۳.	.....	.....	منابع

پیوست ۱ (لیست نمونه های برداشت شده)

پیوست ۲ (محاسبه خطای آنالیزهای ژئوشیمیایی)

پیوست ۳ (نتایج آنالیزهای ژئوشیمیایی)



## فهرست اشکال

### صفحه

### عنوان

۴.....	شکل(۱-۱) : نقشه راههای دسترسی به محدوده نقشه ۱/۱۰۰۰۰۰ شارقچ
۸.....	شکل(۱-۲) : گسلهای محدوده شارقچ
۱۳.....	شکل(۲-۲) : معادن و اندیس‌های معدنی محدوده شارقچ
۱۴.....	شکل(۳-۲) : محدوده‌های آنومال تعیین شده در محدوده شارقچ
۱۹.....	شکل(۴-۲) : نقشه نمونه‌برداری و مناطق آنومال محدوده ۱:۱۰۰۰۰ شارقچ
۲۳.....	شکل(۱-۳) : نقشه مسیرهای پیمایشی در برگه ۵:۵۰۰۰ راویج
۲۴.....	شکل(۲-۳) : نقشه وضعیت زمین‌شناسی مسیرهای پیمایشی در برگه ۵:۵۰۰۰ راویج
۲۷.....	شکل(۳-۳) : بروزدی از یک توده داسیتی تا ریولیتی حاوی اکسیدها، هیدروکسیدهای آهن و منگز؛ شمال شرق چاه‌هزار
۲۸.....	شکل(۴-۳) : بیرون‌زدگی داسیت‌ها در داخل آندزیت‌ها (دید به سمت جنوب)
۲۸.....	شکل(۵-۳) : تصویری از مقطع نازک نمونه شماره SH-4
۳۳.....	شکل(۶-۳) : لایه‌هایی از توف حاوی اکسیدهای آهن به صورت لیموئیت و هماتیت
۳۳.....	شکل(۷-۳) : تصویری از مقطع نازک نمونه شماره SH-5
۳۴.....	شکل(۸-۳) : تصویری از مقطع نازک نمونه شماره SH-9
۴۰.....	شکل(۹-۳) : رخمنوئی از توف آندزیت‌های آتربه شده پالتوژن در کنار آبراهه‌ای به عرض (۳) متر
۴۱.....	شکل(۱۰-۳) : تصویری از مقطع نازک نمونه شماره SH-13
۴۲.....	شکل(۱۱-۳) : تصویری از مقطع نازک نمونه شماره SH-16
۴۳.....	شکل(۱۲-۳) : بروزدی از توف آندزیت‌های حاوی کانه‌زایی اکسیدهای و هیدروکسیدهای آهن
۴۳.....	شکل(۱۳-۳) : بروزدی از آندزیت‌های پیروکسن دار حاوی کانه‌های مس خالص و در بعضی جاهای بورنیت در کنار آبراهه
۴۵.....	شکل(۱۴-۳) : تصویری از مقطع نازک نمونه شماره SH-112
۴۹.....	شکل(۱۵-۳) : یک واحد آهک توفی به صورت مرمریت از نوع آراؤگونیت به طول ۱۰۰ متر و افزار ۱۰ متر
۴۹.....	شکل(۱۶-۳) : تصویری از مقطع نازک نمونه شماره SH-21
۵۰.....	شکل(۱۷-۳) : تصویری از مقطع نازک نمونه شماره SH-24
۵۴.....	شکل(۱۸-۳) : واحدهای ماسه سنگ سیلتی سازند شمشک؛ شمال چاه سرمه‌مدعلی دید به سمت جنوب
۵۶.....	شکل(۱۹-۳) : تصویری از مقطع نازک نمونه شماره SH-127
۵۷.....	شکل(۲۰-۳) : تصویری از مقطع نازک نمونه شماره SH-129
۵۸.....	شکل(۲۱-۳) : تصویری از مقطع نازک نمونه شماره SH-132
۶۲.....	شکل(۲۲-۳) : یک پچ توف آندزیتی حاوی کانه‌زایی اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن و کلریت و اپیدوت به صورت پراکنده
۶۲.....	شکل(۲۳-۳) : تصویری از مقطع نازک نمونه شماره SH-29
۶۶.....	شکل(۲۴-۳) : واحدهای آندزیتی دارای بافت پورفیری حاوی بلورهای پیروکسن؛ غرب چاه نمکزار (دید به سمت شرق)
۶۷.....	شکل(۲۵-۳) : معدن خاک صنعتی (بنتونیت) سبزرنگ و سفید؛ غرب چاه نمکزار (دید به سمت جنوب غرب)
۶۸.....	شکل(۲۶-۳) : تصویری از مقطع نازک نمونه شماره SH-142
۷۲.....	شکل(۲۷-۳) : مسیرهای پیمایشی در برگه ۱:۵۰۰۰ رباط مورشك
۷۳.....	شکل(۲۸-۳) : وضعیت زمین‌شناسی در برگه ۱:۵۰۰۰ رباط مورشك



۷۵.	..... شکل (۲۹-۳): کنده کاری در محل چاه نقره (دید به سمت جنوب شرق)
۸۲.	..... شکل (۲۹-۲-۳): تصویری از مقطع نازک نمونه شماره SH-161
۸۸.	..... شکل (۳۰-۳): مسیرهای پیمایش در برگه ۱:۵۰۰۰۰ مهرخش
۸۹.	..... شکل (۳۱-۳): وضعیت زمین شناسی مسیرهای پیمایش در برگه ۱:۵۰۰۰۰ مهرخش
۹۲.	..... شکل (۳۲-۳): یک رگه توف سیلیسی دارای روند شمال - جنوب حاوی کانه زائی اکسیدی مس (مالاکیت)
۹۳.	..... شکل (۳۳-۳): یک واحد ولکانیک بازیک حاوی کانه زایی اپیدوت، کلریت و به طور جزئی و پراکنده مالاکیت
۹۴.	..... شکل (۳۴-۳): تصویری از مقطع نازک نمونه شماره SH-48X
۹۶.	..... شکل (۳۵-۳): تصویری از مقطع نازک نمونه شماره SH-148
۱۰۱.	..... شکل (۳۶-۳): کنده کاری شدادی در داخل معدن مهر رخش دید به سمت شمال
۱۰۱.	..... شکل (۳۷-۳): دایک سیلیس دارای اکسید آهن شمال معدن مهرخش
۱۰۳.	..... شکل (۳۸-۳): آندزیت های آمفیبول دار شمال معدن مهرخش (دید به سمت شرق)
۱۰۳.	..... شکل (۳۹-۳): محل کنده کاری ها در آندزیت های آمفیبول دار (دید به سمت جنوب)
۱۰۴.	..... شکل (۴۰-۳): تصویری از مقطع نازک نمونه شماره SH-214X
۱۰۷.	..... شکل (۴۱-۳): محل کوره شدادی وسط دق بیرک (دید به سمت غرب)
۱۰۸.	..... شکل (۴۲-۳): زنولیت کوارتز در داخل آندزیت که بشدت خرد شده است
۱۰۹.	..... شکل (۴۳-۳): کنده کاری شدادی در سنگهای آندزیتی منطقه (دید به سمت غرب)
۱۱۲.	..... شکل (۴۴-۳): تصویری از مقطع نازک نمونه شماره SH-224
۱۱۳.	..... شکل (۴۵-۳): تصویری از مقطع نازک نمونه شماره SH-226X
۱۲۰.	..... شکل (۴۶-۳): تصویری از مقطع نازک نمونه شماره SH-241
۱۲۴.	..... شکل (۴۷-۳): تصویری از بازالت های بیوتیت دار برنگ خاکستری (دید به سمت شمال)
۱۲۴.	..... شکل (۴۸-۳): تصویری از مقطع نازک نمونه شماره SH-248
۱۲۵.	..... شکل (۴۹-۳): تصویری از مقطع نازک نمونه شماره SH-249
۱۲۹.	..... شکل (۵۰-۳): دایک آندزیتی در کوه شکسته دیوار (دید به سمت شمال)
۱۳۲.	..... شکل (۵۱-۳): تصویری از مقطع نازک نمونه شماره SH-278
۱۳۳.	..... شکل (۵۲-۳): تصویری از مقطع نازک نمونه شماره SH-282
۱۳۶.	..... شکل (۵۳-۳): تصویری از مقطع نازک نمونه شماره SH-174X
۱۳۹.	..... شکل (۵۴-۳): مسیرهای پیمایش برگه ۱:۵۰،۰۰۰ چاه خشت
۱۴۰.	..... شکل (۵۵-۳): وضعیت زمین شناسی برگه ۱:۵۰،۰۰۰ چاه خشت
۱۴۸.	..... شکل (۵۶-۳): تصویر میکروسکوپی از مقطع نازک نمونه شماره SH-174
۱۶۲.	..... شکل (۱-۴): محدوده های مستعد در برگه ۱:۱۰۰،۰۰۰ شارقج



## فهرست جداول

### صفحه

### عنوان

۹	جدول(۱-۲): آثار معدنی محدوده شارقچ
۱۷	جدول(۲-۲): لیست همکاران پروژه شارقچ
۲۱	جدول(۱-۳): محدوده ها ۱/۵۰۰۰۰ ورقه یکصد هزار شارقچ (شماره نقشه ۷۶۵۶)
۲۶	جدول(۲-۳): لیست نمونه ها و نوع آنالیزهای انجام شده مسیر پیمایش R-1a
۲۴	جدول(۳-۳): مشخصات مقطع نازک نمونه شماره SH-4
۲۴	جدول(۴-۳): لیست اسمی نمونه های سنگی مسیر پیمایش R-1b
۳۰	جدول(۳-۴): لیست نمونه های سنگی مسیر پیمایش R-1c
۳۰	جدول(۳-۵): نتیجه آنالیز ICP نمونه های مسیر پیمایش R-1
۳۱	جدول(۷-۳): نتیجه آنالیز جذب اتمی نمونه های مسیر پیمایش R-1
۳۱	جدول(۸-۳): نتیجه آنالیز اسپکتروفوتومتری نمونه های مسیر پیمایش R-1
۳۲	جدول(۹-۳): لیست نمونه های سنگی مسیر پیمایش R-2a
۳۴	جدول(۱۰-۳): مشخصات مقطع نازک نمونه شماره SH-5
۳۵	جدول(۱۱-۳): مشخصات مقطع نازک نمونه شماره SH-9
۳۶	جدول(۱۲-۳): لیست نمونه های سنگی مسیر پیمایش R-2b
۳۷	جدول(۱۳-۳): لیست نمونه های سنگی مسیر پیمایش R-2c
۳۷	جدول(۱۴-۳): نتیجه آنالیز ICP نمونه های مسیر پیمایش R-2
۳۸	جدول(۱۵-۳): نتیجه آنالیز جذب اتمی نمونه های مسیر پیمایش R-2
۳۸	جدول(۱۶-۳): نتیجه آنالیز اسپکتروفوتومتری نمونه های مسیر پیمایش R-2
۴۰	جدول(۱۷-۳): لیست اسمی نمونه های سنگی مسیر پیمایش R-3a
۴۱	جدول(۱۸-۳): مشخصات مقطع نازک نمونه شماره SH-13
۴۲	جدول(۱۹-۳): مشخصات مقطع نازک نمونه شماره SH-16
۴۴	جدول(۲۰-۳): لیست اسمی نمونه های سنگی مسیر پیمایش R-3b
۴۵	جدول(۲۱-۳): مشخصات مقطع نازک نمونه شماره SH-112
۴۶	جدول(۲۲-۳): نتیجه آنالیز ICP نمونه های مسیر پیمایش R-3
۴۶	جدول(۲۳-۳): نتیجه آنالیز جذب اتمی نمونه های مسیر پیمایش R-3
۴۶	جدول(۲۴-۳): نتیجه آنالیز اسپکتروفوتومتری نمونه های مسیر پیمایش R-3
۴۸	جدول(۲۵-۳): لیست اسمی نمونه های سنگی مسیر پیمایش R-4a
۵۰	جدول(۲۶-۳): مشخصات مقطع نازک نمونه شماره SH-21
۵۱	جدول(۲۷-۳): مشخصات مقطع نازک نمونه شماره SH-24
۵۲	جدول(۲۸-۳): لیست اسمی نمونه های سنگی مسیر پیمایش R-4b
۵۲	جدول(۲۹-۳): نتیجه آنالیز ICP نمونه های مسیر پیمایش R-4
۵۲	جدول(۳۰-۳): نتیجه آنالیز جذب اتمی نمونه های مسیر پیمایش R-4
۵۳	جدول(۳۱-۳): نتیجه آنالیز اسپکتروفوتومتری نمونه های مسیر پیمایش R-4
۵۵	جدول(۳۲-۳): لیست اسمی نمونه های سنگی مسیر پیمایش R-5a
۵۶	جدول(۳۳-۳): لیست اسمی نمونه های سنگی مسیر پیمایش R-5b



۵۷.....	جدول (۳۴-۳): مشخصات مقطع نازک نمونه شماره SH-127
۵۸.....	جدول (۳۵-۳): مشخصات مقطع نازک نمونه شماره SH-129
۵۹.....	جدول (۳۶-۳): مشخصات مقطع نازک نمونه شماره SH-132
۵۹.....	جدول (۳۷-۳): نتیجه آنالیز ICP نمونه‌های مسیر پیمایش 5-R
۶۰.....	جدول (۳۸-۳): نتیجه آنالیز جذب اتمی نمونه‌های مسیر پیمایش 5-R
۶۰.....	جدول (۳۹-۳): نتیجه آنالیز Fire Assay نمونه‌های مسیر پیمایش 5-R
۶۰.....	جدول (۴۰-۳): نتیجه آنالیز اسپکتروفوتومتری نمونه‌های مسیر پیمایش 5-R
۶۱.....	جدول (۴۱-۳): لیست اسامی نمونه های سنگی مسیر پیمایش 6a-R
۶۲.....	جدول (۴۲-۳): تصویری از مقطع نازک نمونه شماره SH-29
۶۳.....	جدول (۴۳-۳): لیست اسامی نمونه های سنگی مسیر پیمایش 6b-R
۶۴.....	جدول (۴۴-۳): نتیجه آنالیز ICP نمونه های مسیر پیمایش 6-R
۶۴.....	جدول (۴۵-۳): نتیجه آنالیز جذب اتمی نمونه های مسیر پیمایش 6-R
۶۴.....	جدول (۴۶-۳): نتیجه آنالیز Fire Assay نمونه های مسیر پیمایش 6-R
۶۶.....	جدول (۴۷-۳): لیست اسامی نمونه های سنگی مسیر پیمایش 7a-R
۶۸.....	جدول (۴۸-۳): لیست اسامی نمونه های سنگی مسیر پیمایش 7b-R
۶۸.....	جدول (۴۹-۳): مشخصات مقطع نازک نمونه شماره SH-142
۶۹.....	جدول (۵۰-۳): نتیجه آنالیز ICP نمونه های مسیر پیمایش 7-R
۷۰.....	جدول (۵۱-۳): نتیجه آنالیز جذب اتمی نمونه های مسیر پیمایش 7-R
۷۰.....	جدول (۵۲-۳): نتیجه آنالیز اسپکتروفوتومتری نمونه های مسیر پیمایش 7-R
۷۵.....	جدول (۵۳-۳): لیست اسامی نمونه های سنگی مسیر پیمایش 1-B
۷۶.....	جدول (۵۴-۳): نتیجه آنالیز ICP نمونه های مسیر پیمایش 1-B
۷۶.....	جدول (۵۵-۳): نتیجه آنالیز جذب اتمی نمونه های مسیر پیمایش 1-B
۷۶.....	جدول (۵۶-۳): نتیجه آنالیز Fire Assay نمونه های مسیر پیمایش 1-B
۷۷.....	جدول (۵۷-۳): لیست اسامی نمونه های سنگی مسیر پیمایش 2-B
۷۸.....	جدول (۵۸-۳): نتیجه آنالیز اسپکتروفوتومتری نمونه های مسیر پیمایش 2-B
۷۹.....	جدول (۵۹-۳): لیست اسامی نمونه های سنگی مسیر پیمایش 3-B
۷۹.....	جدول (۶۰-۳): نتیجه آنالیز ICP نمونه های مسیر پیمایش 3-B
۸۰.....	جدول (۶۱-۳): لیست اسامی نمونه های سنگی مسیر پیمایش 4-B
۸۰.....	جدول (۶۲-۳): نتیجه آنالیز جذب اتمی نمونه های مسیر پیمایش 4-B
۸۱.....	جدول (۶۳-۳): لیست اسامی نمونه های سنگی مسیر پیمایش 5-B
۸۲.....	جدول (۶۴-۳): مشخصات مقطع نازک نمونه شماره SH-161
۸۳.....	جدول (۶۵-۳): نتیجه آنالیز ICP نمونه های مسیر پیمایش 5-B
۸۳.....	جدول (۶۶-۳): نتیجه آنالیز اسپکتروفوتومتری نمونه های مسیر پیمایش 5-B
۸۴.....	جدول (۶۷-۳): لیست اسامی نمونه های سنگی مسیر پیمایش 6-B
۸۴.....	جدول (۶۸-۳): نتیجه آنالیز اسپکتروفوتومتری نمونه های مسیر پیمایش 6-B
۸۴.....	جدول (۶۹-۳): نتیجه آنالیز جذب اتمی نمونه های مسیر پیمایش 6-B
۸۵.....	جدول (۷۰-۳): لیست اسامی نمونه های سنگی مسیر پیمایش 7-B
۸۶.....	جدول (۷۱-۳): نتیجه آنالیز اسپکتروفوتومتری نمونه های مسیر پیمایش 7-B



۹۱.....	M-1a	جدول (۳) : لیست اسامی نمونه های سنگی مسیر پیمایش
۹۴.....	SH-48X	جدول (۷۳-۳) : مشخصات مقطع نازک نمونه شماره
۹۶.....	M-1b	جدول (۷۴-۳) : لیست اسامی نمونه های سنگی مسیر پیمایش
۹۷.....	SH-148	جدول (۷۵-۳) : مشخصات مقطع نازک نمونه شماره
۹۷.....	M-1	جدول (۷۶-۳) : نتیجه آنالیز ICP نمونه های مسیر پیمایش
۹۷.....	M-1	جدول (۷۷-۳) : نتیجه آنالیز اسپکتروفتومتری نمونه های مسیر پیمایش
۹۹.....	M-1	جدول (۷۸-۳) : نتیجه آنالیز جذب اتمی نمونه های مسیر پیمایش
۱۰۲.....	M-2	جدول (۷۹-۳) : لیست اسامی نمونه های سنگی مسیر پیمایش
۱۰۴.....	SH-214X	جدول (۸۰-۳) : مشخصات مقطع نازک نمونه شماره
۱۰۵.....	M-2	جدول (۸۱-۳) : نتیجه آنالیز ICP نمونه های مسیر پیمایش
۱۰۵.....	M-2	جدول (۸۲-۳) : نتیجه آنالیز Fire Assay نمونه های مسیر پیمایش
۱۰۶.....	M-3	جدول (۸۳-۳) : لیست اسامی نمونه های سنگی مسیر پیمایش
۱۰۹.....	M-3	جدول (۸۴-۳) : نتیجه آنالیز ICP نمونه های مسیر پیمایش
۱۱۰.....	M-3	جدول (۸۵-۳) : نتیجه آنالیز جذب اتمی نمونه های مسیر پیمایش
۱۱۰.....	M-3	جدول (۸۶-۳) : نتیجه آنالیز Fire Assay نمونه های مسیر پیمایش
۱۱۱.....	M-4	جدول (۸۷-۳) : لیست اسامی نمونه های سنگی مسیر پیمایش
۱۱۳.....	SH-224	جدول (۸۸-۳) : مشخصات مقطع نازک نمونه شماره
۱۱۴.....	SH-226x	جدول (۸۹-۳) : مشخصات مقطع نازک نمونه شماره
۱۱۴.....	M-4	جدول (۹۰-۳) : نتیجه آنالیز ICP نمونه های مسیر پیمایش
۱۱۵.....	M-4	جدول (۹۱-۳) : نتیجه آنالیز جذب اتمی نمونه های مسیر پیمایش
۱۱۶.....	M-5	جدول (۹۲-۳) : لیست اسامی نمونه های سنگی مسیر پیمایش
۱۱۶.....	M-5	جدول (۹۳-۳) : نتیجه آنالیز ICP نمونه های مسیر پیمایش
۱۱۷.....	M-5	جدول (۹۴-۳) : نتیجه آنالیز جذب اتمی نمونه های مسیر پیمایش
۱۱۸.....	M-6	جدول (۹۵-۳) لیست اسامی نمونه های سنگی مسیر پیمایش
۱۱۷.....	M-6	جدول (۹۶-۳) : نتیجه آنالیز ICP نمونه های مسیر پیمایش
۱۱۸.....	M-6	جدول (۹۷-۳) : نتیجه آنالیز جذب اتمی نمونه های مسیر پیمایش
۱۱۹.....	M-7	جدول (۹۸-۳) : لیست اسامی نمونه های سنگی مسیر پیمایش
۱۲۱.....	SH-241	جدول (۹۹-۳) : مشخصات مقطع نازک نمونه شماره
۱۲۱.....	M-7	جدول (۱۰۰-۳) : نتیجه آنالیز ICP نمونه های مسیر پیمایش
۱۲۱.....	M-7	جدول (۱۰۱-۳) : نتیجه آنالیز جذب اتمی نمونه های مسیر پیمایش
۱۲۲.....	M-7	جدول (۱۰۲-۳) : نتیجه آنالیز Fire Assay نمونه های مسیر پیمایش
۱۲۳.....	M-8	جدول (۱۰۳-۳) : لیست اسامی نمونه های سنگی مسیر پیمایش
۱۲۵.....	SH-248	جدول (۱۰۴-۳) : مشخصات مقطع نازک نمونه شماره
۱۲۶.....	SH-249	جدول (۱۰۵-۳) : مشخصات مقطع نازک نمونه شماره
۱۲۶.....	M-8	جدول (۱۰۶-۳) : نتیجه آنالیز ICP نمونه های مسیر پیمایش
۱۲۶.....	M-8	جدول (۱۰۷-۳) : نتیجه آنالیز جذب اتمی نمونه های مسیر پیمایش
۱۲۶.....	M-8	جدول (۱۰۸-۳) : نتیجه آنالیز اسپکتروفتومتری نمونه های مسیر پیمایش
۱۲۶.....	M-8	جدول (۱۰۹-۳) : نتیجه آنالیز Fire Assay نمونه های مسیر پیمایش



جدول (۱۱۰-۳) : لیست اسامی نمونه های سنگی مسیر پیمایش M-9	۱۲۸
جدول (۱۱۱-۳) : نتیجه آنالیز ICP نمونه های مسیر پیمایش M-9	۱۲۹
جدول (۱۱۲-۳) : نتیجه آنالیز جذب اتمی نمونه های مسیر پیمایش M-9	۱۳۰
جدول (۱۱۳-۳) : نتیجه آنالیز اسپکتروفوتومتری نمونه های مسیر پیمایش M-9	۱۳۰
جدول (۱۱۴-۳) : نتیجه آنالیز Fire Assay نمونه های مسیر پیمایش M-9	۱۳۰
جدول (۱۱۵-۳) : لیست اسامی نمونه های سنگی مسیر پیمایش M-10	۱۳۱
جدول (۱۱۶-۳) : مشخصات مقطع نازک نمونه شماره SH-278	۱۳۳
جدول (۱۱۷-۳) : مشخصات مقطع نازک نمونه شماره SH-282	۱۳۴
جدول (۱۱۸-۳) : نتیجه آنالیز ICP نمونه های مسیر پیمایش M-10	۱۳۴
جدول (۱۱۹-۳) : نتیجه آنالیز جذب اتمی نمونه های مسیر پیمایش M-10	۱۳۴
جدول (۱۲۰-۳) : نتیجه آنالیز اسپکتروفوتومتری نمونه های مسیر پیمایش M-10	۱۳۵
جدول (۱۲۱-۳) : نتایج آنالیز Fire Assay نمونه های مسیر پیمایش M-10	۱۳۵
جدول (۱۲۲-۳) : لیست اسامی نمونه های سنگی مسیر پیمایش M-11	۱۳۶
جدول (۱۲۳-۳) : مشخصات مقطع نازک نمونه شماره SH-174X	۱۳۷
جدول (۱۲۴-۳) : نتیجه آنالیز ICP نمونه های مسیر پیمایش M-11	۱۳۷
جدول (۱۲۵-۳) : لیست اسامی نمونه های سنگی مسیر پیمایش CH-1	۱۴۲
جدول (۱۲۶-۳) : نتیجه آنالیز ICP نمونه های مسیر پیمایش CH-1	۱۴۲
جدول (۱۲۷-۳) : نتیجه آنالیز جذب اتمی نمونه های مسیر پیمایش CH-1	۱۴۲
جدول (۱۲۸-۳) : لیست اسامی نمونه های سنگی مسیر پیمایش CH-2	۱۴۴
جدول (۱۲۹-۳) : نتیجه آنالیز ICP نمونه های مسیر پیمایش CH-2	۱۴۴
جدول (۱۳۰-۳) : نتیجه آنالیز جذب اتمی نمونه های مسیر پیمایش CH-2	۱۴۴
جدول (۱۳۱-۳) : لیست اسامی نمونه های سنگی مسیر پیمایش CH-3	۱۴۶
جدول (۱۳۲-۳) : مشخصات مقطع نازک نمونه شماره SH-174	۱۴۶
جدول (۱۳۳-۳) : نتیجه آنالیز جذب اتمی نمونه های مسیر پیمایش CH-3	۱۴۷
جدول (۱۳۴-۳) : لیست اسامی نمونه های سنگی مسیر پیمایش CH-4	۱۴۹
جدول (۱۳۵-۳) : نتیجه آنالیز ICP نمونه های مسیر پیمایش CH-4	۱۵۰
جدول (۱۳۶-۳) : نتیجه آنالیز جذب اتمی نمونه های مسیر پیمایش CH-4	۱۵۰
جدول (۱۳۷-۳) : نتیجه آنالیز اسپکتروفوتومتری نمونه های مسیر پیمایش CH-4	۱۵۰
جدول (۱۳۸-۳) : نتیجه آنالیز Fire Assay نمونه های مسیر پیمایش CH-4	۱۵۰
جدول (۱۳۹-۳) : لیست اسامی نمونه های سنگی مسیر پیمایش CH-5	۱۵۲
جدول (۱۴۰-۳) : نتیجه آنالیز جذب اتمی نمونه های مسیر پیمایش CH-5	۱۵۲
جدول (۱۴۱-۳) : نتیجه آنالیز اسپکتروفوتومتری نمونه های مسیر پیمایش CH-5	۱۵۲
جدول (۱۴۲-۳) : نتیجه آنالیز ICP نمونه های مسیر پیمایش CH-5	۱۵۳



گزارش نهایی کنترل و بررسی نواحی امیدبخش در ورقه ۱:۱۰۰،۰۰۰ شارقچ  
فهرست



- جدول (۱) : مختصات محدوده پیشنهادی شماره یک در برگه ۱:۵۰۰۰۰ مهررخش ..... ۱۵۹
- جدول (۲) : مختصات محدوده پیشنهادی شماره دو در برگه ۱:۵۰۰۰۰ مهررخش ..... ۱۶۰
- جدول (۳) : مختصات محدوده پیشنهادی شماره سه در برگه ۱:۵۰۰۰۰ رباط مورشك ..... ۱۶۱



حکمده

منطقه شارقچ در استان خراسان جنوبی و در جنوب شهرستان فردوس بین طول‌های جغرافیایی  $58^{\circ} 30'$  تا  $58^{\circ} 33'$  عرض‌های جغرافیایی  $30^{\circ}$  تا  $33^{\circ}$  قرار دارد. قدیمی‌ترین واحد سنگی در این منطقه را شیل سیلتی همراه با میان لایه‌های ماسه‌ای با سن ژوراسیک (سازند شمشک) تشکیل می‌دهد. لیتولوژی محدوده مورد مطالعه شامل سازندهای ژوراسیک، آهک‌های (سازند بادامو)، مارن و شیل‌های سبز (سازند بغمشاه)، آهک‌های لایه‌ای (بخشی از سازند قلعه دختر)، آهک‌های سازند (اسفندیار)، ماسه‌سنگ آهکی و کنگلومرای قرمز رنگ (معادل با طبقات قرمز سازند گردو) با سن ژوراسیک که در بخش‌های میانی و شمال باختり منطقه بروند دارند. سری سنگ‌های پائوژن به صورت پراکنده در بخش غربی و مرکزی برگه دیده می‌شود و سنگ‌های آتشفسانی بازیک نیز بخش بزرگی از برگه را در بر می‌گیرد. در نئوژن، واحدهای کنگلومرایی با جورشدگی ضعیف در مرز خاوری و محدود گدازه‌هایی از بازالت آلکالیک در مرز باختり برگه بیرون‌زدگی دارند و در نهایت نهشته‌های عهد حاضر شامل آبرفت‌های رودخانه‌ای، ماسه‌های بادی و پهنه‌های نمکی - گلی قابل مشاهده هستند.

در این مطالعه به منظور بررسی اکتشافات ژئوشیمیایی، پیمایش‌های صحرایی در غالب ۳۰ مسیر در مناطق اولویت دار به لحاظ ژئوشیمیایی و کانی‌سازی انجام شده است. طی بازدیدهای صحرایی از مناطق کانی‌سازی شده در حدود ۳۰۰ نمونه برداشت گردید. سپس با توجه به تشخیص کارشناس نمونه‌های برداشت شده برای تعیین مقادیر عناصر تشکیل دهنده آنها برای آنالیز به روش‌های ICP، جذب اتمی، Fire Assay (جهت طلا)، و اسپکتروفوتومتری (برای ۱۰ اکسید فستاده شد.

با توجه به نتیجه آنالیزها و مطالعات صحرایی ونتایج بدست آمده از مناطق امید بخش محدوده مهر خش که شامل مسیرهای پیمایش M-3,M-2,M-4 می باشد و حاوی کانی سازی مالاکیت بوده و بر اساس نتایج آنالیز ها (۲) تا (۳) درصد مس نشان می دهد و جهت مطالعات تكميلي معرفی میگردد.

همچنین در منطقه شمال شرق شارفنج که شامل پیمایش های M-6, M-7 می باشد نیز کانی سازی مالاکیت مشاهده و میزان مس (۳) درصد می باشد که این محدوده نیز جهت مطالعات تکمیلی معرفی می شود.



## ۱-۱- مقدمه


سنگ‌های مختلف دربردارنده عناصر مختلفی هستند. اینکه در هر محل به دنبال چه عناصری می‌توان بود تابع نوع سنگ‌های منطقه است. خصوصیات ژئوشیمیایی هر منطقه بوسیله شرایط کلی زمین‌شناسی آن منطقه مانند شرایط تشکیل و جایگیری کمپلکس‌های آذرین در یک چرخه آذرین- تکتونیک تعیین می‌گردد. بطور کلی هدف از بررسی‌های اکتشاف ناحیه‌ای، مشخص کردن مناطق امیدبخش برای مراحل بعدی اکتشاف می‌باشد.

## ۱-۲- موقعیت جغرافیایی و راه‌های قابل دسترسی منطقه مورد مطالعه

استان خراسان جنوبی بعنوان خاوری‌ترین استان ایران دارای ۹۴۱۱۱/۶۸ کیلومتر مربع مساحت می‌باشد. این استان بین ۵۷ درجه و ۴۶ دقیقه تا ۶۰ درجه و ۵۷ دقیقه طول شرقی و ۳۰ درجه و ۳۵ دقیقه تا ۳۴ درجه و ۱۴ دقیقه عرض شمالی قرار گرفته و ۵/۷۱ درصد از مساحت کشور را به خود اختصاص داده است. گستره خراسان جنوبی از سمت خاور، حدود ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان داشته و از شمال با استان خراسان رضوی، از باختر با استان‌های یزد و کرمان و از جنوب با استان سیستان و بلوچستان همسایه است.

رونده غالب رخنمون‌ها در محدوده شمال- شمال باختری تا جنوب-جنوب خاوری است و ادامه رشته کوه‌های ایران مرکزی را نشان می‌دهد.

برگه زمین‌شناسی شارقچ در استان خراسان و بین طول‌های جغرافیایی  $33^{\circ}30'$  تا  $30^{\circ}58'$  و عرض‌های جغرافیایی  $33^{\circ}$  تا  $30^{\circ}$  قرار دارد. اصلی‌ترین راه دسترسی به منطقه، راه خاکی خور- سه قلعه- فردوس است که از بخش میانی منطقه می‌گذرد. بخشی که بوسیله برگه شارقچ پوشیده شده، در شمال دشت لوت قرار دارد و شامل تپه‌های فرسایش یافته و برجستگی‌های کوتاه است که پهنه‌های نمکی و گلی آن‌ها را از یکدیگر جدا نموده است (شکل ۱-۱).

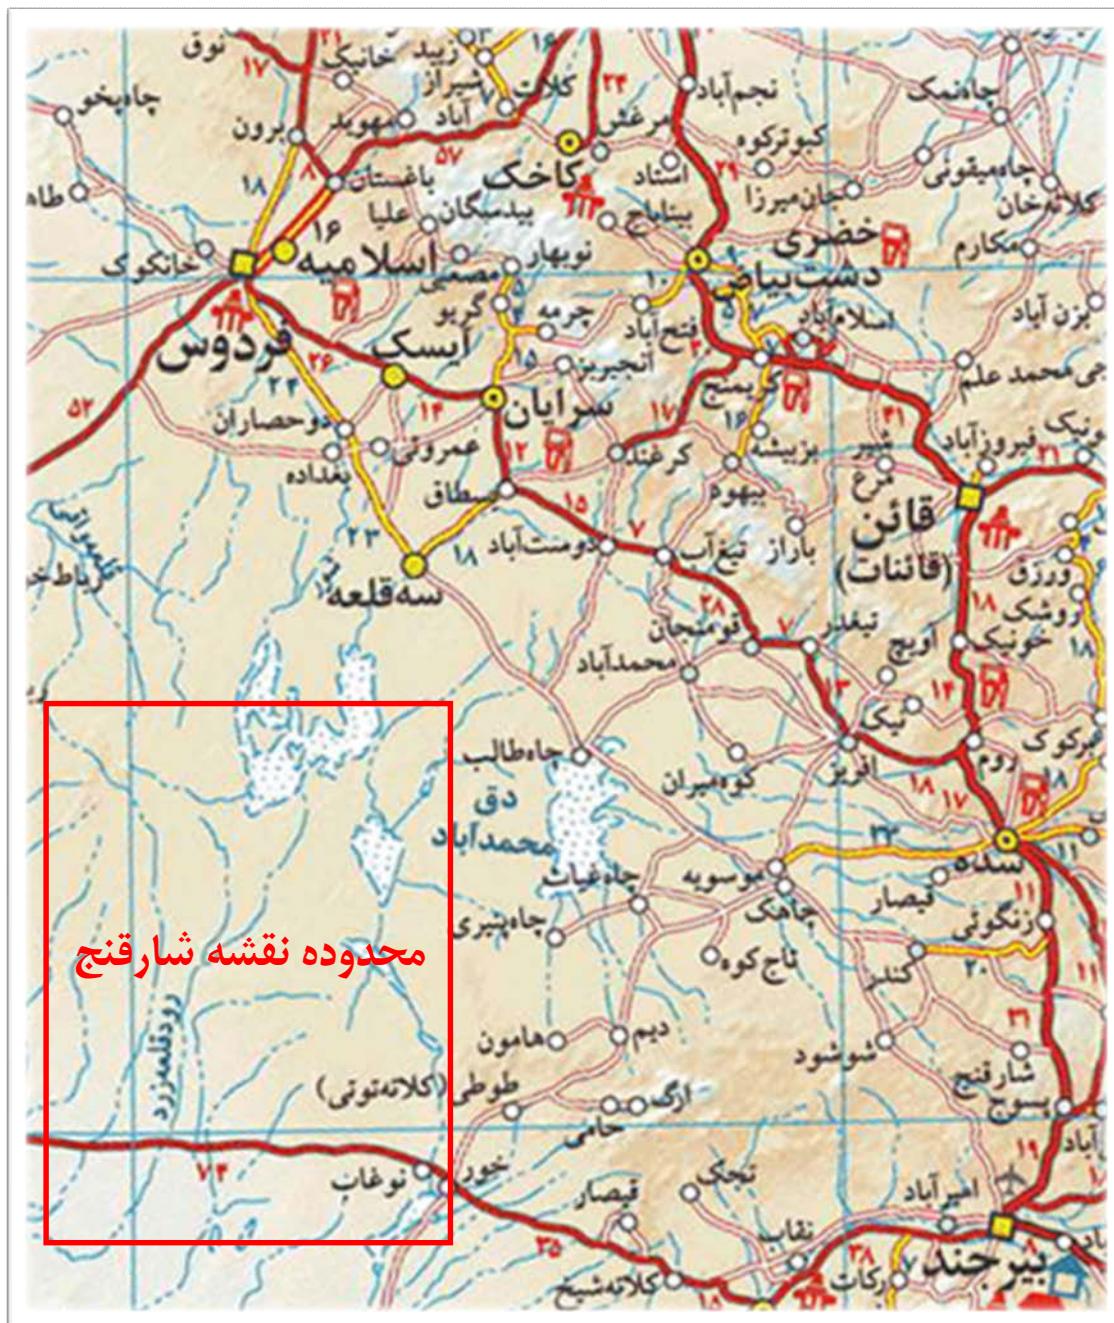

شکل(۱-۱) : نقشه راه های دسترسی به محدوده نقشه ۱/۱۰۰،۰۰۰ شارقچ

### ۱-۳-۳- شرایط اقلیمی

آب و هوای استان خراسان جنوبی در نواحی شمالی و شمال خاوری، نیمه بیابانی معتدل و در نواحی جنوب و باختر، گرم و خشک بیابانی است. بیشینه دمای استان ۴۰ درجه سانتیگراد بالای صفر (در تابستان‌ها) و کمینه دمای آن، ۱۰



درجه سانتیگراد زیر صفر (در زمستان‌ها) می‌باشد. متوسط بارندگی استان نیز ۲۰۰ میلی متر در سال گزارش شده است. بطور کلی استان خراسان جنوبی، جزء نواحی گرم و خشک ایران محسوب شده و بیشتر نقاط آن اقلیمی خشک دارند. لازم ذکر است، فقط مناطق کوهستانی این استان از آب و هوای معتدل کوهستانی برخوردار می‌باشند. قرار گرفتن بخش اعظم استان خراسان جنوبی در ناحیه کویری و بارش کم در بعضی نواحی، سبب فقر پوشش گیاهی و نامساعد بودن خاک پایی، کشاورزی گردیده است.

منطقه مورد مطالعه دارای آب و هوای خشک می‌باشد و دمای هوا در تابستان به  $50^{\circ}\text{C}$  درجه سانتی‌گراد بالای صفر می‌رسد. بارش سالیانه بر پایه داده‌های موجود، کمتر از  $100\text{ mm}$  در سال است.

۱-۴- زمین‌ریخت‌شناسی

استان خراسان جنوبی از نظر ناهمواری‌ها تقریباً به دو قسمت مرتفع کوهستانی و پست و هموار تقسیم می‌شود. قسمت‌های کوهستانی بیشتر در شمال و شمال باختر استان و قسمت‌های پست و هموار در دشت‌های مرکز و جنوب استان، واقع شده‌اند.

مناطق پست و هموار استان شامل زمین‌های همواری هستند که در قسمت‌های مرکز، باختر و جنوب باختر استان قرار گرفته و از نظر کشاورزی، دامپروری و احداث راه‌های ارتباطی از اهمیت خاصی برخوردارند. دشت‌های جنوب و جنوب‌باقتر استان معمولاً از هر نوع پوشش گیاهی عاری بوده و به دلیل مجاورت با حاشیه شمال کویر لوت، آب و هوایی خشک و خشن دارند. بنابراین به طور کلی می‌توان گفت که استان خراسان جنوبی در قسمت‌های شمال و شمال‌خاوری خود از ارتفاعاتی برخوردار است و در جنوب و جنوب‌باقتری فاقد ارتفاعات قابل توجهی است. منطقه مورد مطالعه نیز در جنوب استان، واقع شده و به دشت لوت ختم می‌شود.




## ۱-۲- زمین‌شناسی فاحیه‌ای

منطقه شارقچ، تیپ‌های مختلف سنگی را از زمان ژوراسیک تا کواترنر در بر می‌گیرد. قدیمی‌ترین سنگ‌های منطقه، نهشته‌های ژوراسیک هستند که در بخش‌های میانی و شمال باختری منطقه بروندز دارند. واحدهای سنگی ترشیری را در دو سری سنگ‌های پالئوژن و نئوژن می‌توان مشاهده کرد. سری سنگ‌های پالئوژن به صورت پراکنده در بخش غربی و مرکزی برگه دیده می‌شود و سنگ‌های آتشفسانی بازیک نیز بخش بزرگی از برگه را دربرمی‌گیرد. در نئوژن، واحدهای کنگلومرایی با جورشدگی ضعیف در مرز خاوری و محدود گدازه‌هایی از بازالت آلکالیک در مرز باختری برگه بیرون‌زدگی دارند و در نهایت نهشته‌های عهد حاضر شامل آبرفت‌های رودخانه‌ای، ماسه‌های بادی و پهنه‌های نمکی - گلی قابل مشاهده هستند.

## ۲-۲- تکتونیک منطقه

این محدوده از نظر ویژگی‌های ساختاری به دو زون تقسیم می‌شود. زون A با یک حوضه فرونژنتی مشخص است که توسط رسوبات ژوراسیک و سنگ‌های آتشفسانی ترشیری پر شده است و توسط گسل بیرگ از زون B جدا می‌شود. زون B نیز شامل سنگ‌های آتشفسانی ترشیری است که برونزیخت‌های آتشفسانی در این زون از طریق سیستم‌های شکستگی و کافت‌ها رخ داده است (شکل ۱-۲).

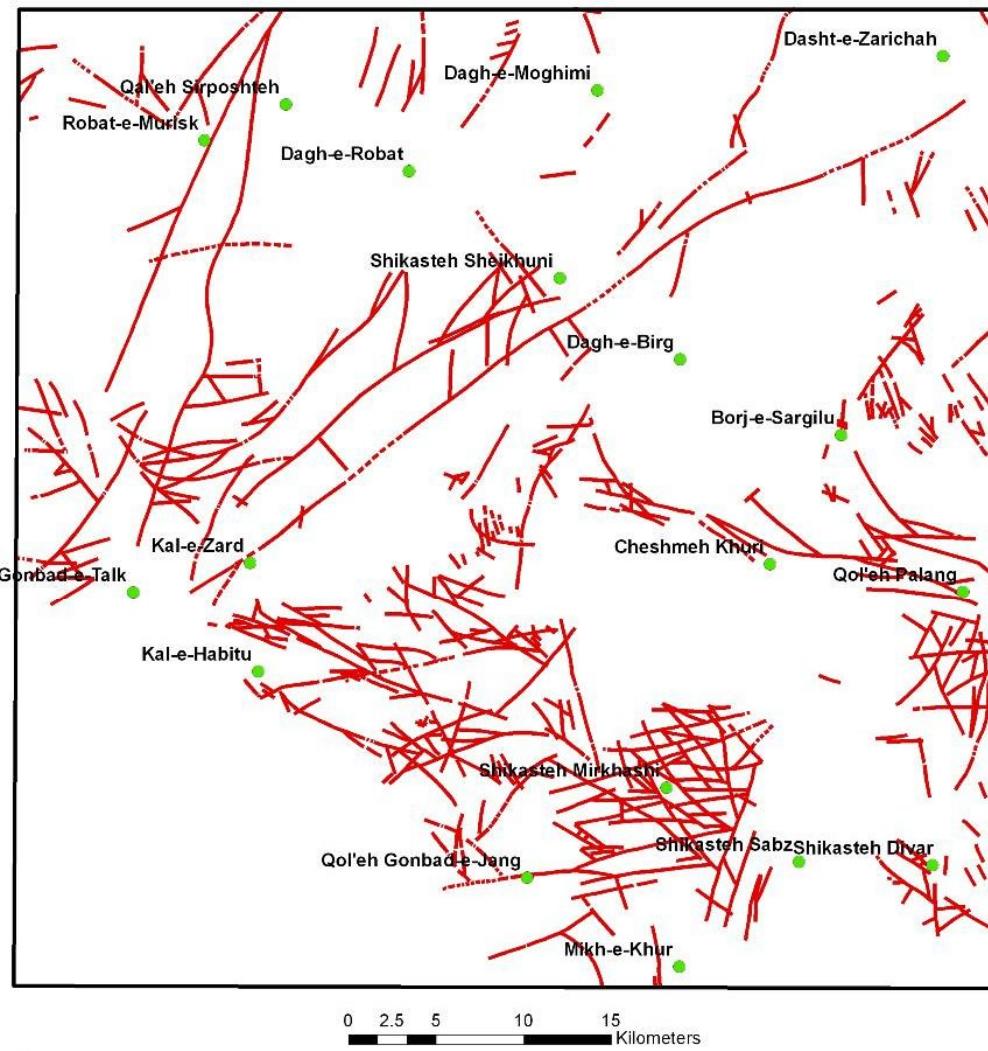

### Legend

- Major Fault
- - Inferred Fault

شکل (۱-۲) : گسل‌های محدوده شارقچ



### ۳-۲- زمین‌شناسی اقتصادی

ویژگی‌های زمین‌شناختی سنگ‌های آتشفسانی، زمینه کلی کانه‌زایی را در منطقه فراهم می‌آورد. بر این مبنای خاستگاه کلیه آن‌ها ماقماً توژن و به فرم رگه‌ای در سیستم شکستگی موجود در سنگ‌های آتشفسانی پدیدار می‌گرددند. این منطقه به چهار بخش بالاً‌آمدۀ تقسیم شده که توسط حوضه‌های بین‌کوهستانی از یکدیگر جدا شده‌اند. در این چهار بخش بالاً‌آمدۀ، دو سیستم شکستگی با راستای شمال خاوری- جنوب باختری و شمال باختری- جنوب خاوری وجود دارد که سیستم شمال باختری- جنوب خاوری جوان‌تر است. این سیستم‌های شکستگی، کانه‌زایی تیپ رگه‌ای را در منطقه گنترول می‌نماید. در بخش B آثار کانه‌زایی به شرح زیر دیده می‌شود. در جدول (۱-۲) مختصات جغرافیایی آثار معدنی محدوده شارقچ آمده است.

جدول(۱-۲): آثار معدنی محدوده شارقچ

Mineral Indications	X	Y
Cu	58.26584	33.13458
Cu	58.37294	33.05187
Cu	58.40861	33.08759
Cu	58.35447	33.14557
Cu	58.42872	33.12827
Pb-Sb	58.09733	33.27687
Cu-Pb-Zn	58.45587	33.17465

### ۳-۱-۱- اثر معدنی مس شکسته سبز

این اثر معدنی در ۱۱ کیلومتری شمال باختری خور و در راستای دو شکستگی و درون بخش‌های پیروکلاستیکی از نهشتلهای اوسن میانی پدید آمده است. این شکستگی‌ها در اثر نیروهای کششی ایجاد شده و نقش کانال‌های حمل محلول‌های مس‌دار را ایفا نموده‌اند. کانی‌زایی از تیپ پرشدگی شکاف‌ها (Fissure filling) است که با پهناهی کلی (۲) تا (۳) متر و پاراژنهای کانه‌ای کربنات‌های مس، سیلیس، کلسیت، اکسیدهای آهن و باریت در برخی مناطق مشخص



است. متجاوز از ۱۰ کانی قدیمی در این اثر معدنی دیده می‌شود که بیانگر فعالیت معدنی در گذشته است. همراه پاراژنز سولفیدی به جز کالکوسیت و کوولیت از زون سوپرژن، کانی دیگری از زون هیپوژن دیده نشده است.

### ۲-۳-۲- اثر معدنی مس حوض دق

این اثر معدنی در جنوب دق کجون در سمت چپ جاده خور- سه قلعه قرار دارد. کانی‌زایی در این اثر معدنی در راستای یک گسل با روند N25W ایجاد شده است. علی‌رغم وجود دایک‌های بازالتی در راستای برخی از گسل‌ها، به نظر می‌آید کانی‌زایی از تیپ پرشدگی شکاف‌ها باشد که برخی از نقاط این گسل توسط کلسیت، زئولیت و رگچه‌هایی از کربنات مس پر شده است. پهنه‌ای اثر معدنی، (۱) متر و طول آن به حدود ۴۰۰ متر می‌رسد و در آن آثار (۷) کار قدیمی دیده می‌شود. سنگ‌های پورفیریک با ترکیب شوشوونیتی، سنگ دیواره این اثر معدنی است. کانی‌های هیپوژن در آن دیده نمی‌شود ولی پاراژنزهای کانه‌ای زون اکسیداسیون شامل کوپریت، تنوریت و مس طبیعی می‌باشد.

### ۲-۳-۳- اثر معدنی میرخاش

این اثر معدنی در ۲۵ کیلومتری شمال باختری خور قرار دارد و دسترسی به این اثر معدنی از طریق یک جاده مالرو است که از جاده خور- طبس جدا می‌گردد. گستره بخش مینرالیزه این اثر معدنی به (۳) ۱۴۰ متر می‌رسد که در راستای دو سیستم شکستگی ایجاد شده است. سنگ‌های شوشوونیتی در برگیرنده این اثر معدنی تحت حرکات سایشی در راستای دیواره‌های شکستگی به حالت نرم شده و شیاردار در آمده است. همزمان با پدیده شکستگی، شکستگی‌ها توسط یک دایک آندزیتی فرا گرفته شده که بعدها خمن خردشدن، کانسنگ‌های مس توسط محلول‌های گرمابی در آن نهشته شده است. این دایک با ضخامت (۳) متر، نشان‌دهنده بافت پورفیری است که در آن درشت بلورهای پلاژیوکلاز و مواد مافیک جانشین شده در زمینه‌ای از سنگ‌های کائولینی شده قرار گرفته‌اند. دگرسانی‌های معمول در آن شامل سیلیسی شدن، پروپیلیتی شدن و کربناتی شدن است. پیریت تنها کانی هیپوژن این اثر معدنی است که توسط کالکوسیت، کوولیت و



اکسیدهای آهن جانشین شده است. در این محدوده معدنی آثار حفاری گُرگیری مشاهده می‌شود که نشان دهنده کارهای تفصیلی در این معدن است.

### ۴-۳-۲- اثر معدنی رشیدی

این اثر معدنی در جنوب دق کجون قرار گرفته و شامل یک رگه کوارتزی همراه با کربنات مس است. این محدوده معدنی دارای محل حفاری گُرگیری و ترانشه است که نشان دهنده کار تفصیلی در این محدوده است. در دومین بخش بالا آمده منطقه (زون A) آثار معدنی به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

### ۴-۳-۳- اثر معدنی غار کفتار

این اثر معدنی در ۲۲ کیلومتری شمال- شمال باختری خور قرار دارد. دسترسی به آن از راه جاده خور- سه‌قلعه امکان‌پذیر است. این دایک با گسترهای معادل (۳) ۱۰۰ متر همزمان با حرکات تکتونیکی و فعالیت محلول‌های گرمایی، مینرالیزه و تکه‌تکه شده و ساختاری رگه‌ای و متخلخل در آن ایجاد شده است. سنگ‌های دربرگیرنده این دایک مینرالیزه را بخش‌های پیروکلاستیکی به سن ائوسن میانی تشکیل می‌دهد. دایک مزبور دارای بافت پروفیری حفره‌دار بوده که در آن حفره‌ها توسط کربنات‌های مس، کالسدوئن و کلسیت پر شده است. دگرسانی‌های معمول شامل سیلیسی شدن، کائولینیتی شدن، اپیدوتی شدن و کربناتی شدن می‌باشد. کانی‌های معدنی شامل ملاکیت، آزوریت، کالکوسبیت، دیژنیت و کوولیت است که در بخش‌های خردشده دایک آندزیتی مذکور متمرکز شده‌اند.

### ۴-۳-۴- اثر معدنی شورگ

این اثر معدنی در ۴۰ کیلومتری شمال- شمال باختری خور واقع در کوهپایه قله‌پلنگ قرار گرفته است. دسترسی به این منطقه از راه ماشین رو خور- سه‌قلعه امکان‌پذیر است. کانه‌زایی این اثر معدنی در راستای یک گسل می‌باشد که میان بخش پیروکلاستیکی از زمان ائوسن میانی رخ داده است. این گسل با حرکات چپ‌گرد خود موجب باز شدن شکافی با سوی W/82/142 شده است. این شکاف توسط یک برش ولکانوتکتونیک پر شده است و همزمان با خردشدن و تکه‌تکه



شدن، تحت نفوذ محلول‌های گرمابی قرار گرفته است. این محلول‌ها در فضای باز پوش مذبور مقدار قابل ملاحظه‌ای از مواد معدنی را بر جای نهاده است.


در زمان این رویداد، پوش و لکانوتکتونیک به شدت سیلیسی شده، هنگامی که درصد اکسید سیلیسیوم آن به ۸۰ درصد می‌رسد، دگرسانی‌های معمول در آن سیلیسی شدن، کاتولینیتی شدن و سربیستی شدن می‌باشد. کانه‌زایی تیپ رگه‌ای شورک برای نخستین بار طی بررسی منطقه شارقچ شناسایی شده و هماینده‌ای کانه‌ای به گونه‌های هیپوژن و سوپرژن تقسیم می‌گردد.

پیریت، بورنیت، کالکوپیریت، تنانتیت، اسفالریت و گالن، کانی‌های نوع هیپوژن می‌باشند. زون کلاه‌آهنی که در آن بافت سنگ‌ها از بین رفته و کانی‌ها به فرأورده‌های ثانویه تبدیل می‌شوند، در برخی نقاط شورک دیده شده است. این حالت با زنگ‌زدگی و ساختارهای حفره‌گون اسفنج مانند مشخص می‌باشد و در آن کانی‌هایی مانند کربنات‌های مس، اکسیدهای آهن، سولفیدهای مس ثانویه مانند دیژنیت، کالکوسیت و کوولیت به فراوانی یافت می‌گردد.

### ۷-۳-۲- کانی‌زایی سوب- آنتیموان چاه نقره


این کانی‌زایی تیپ رگه‌ای از نظر ساختاری وابسته به زون A است و در چهارمین بخش بالاًمده منطقه قرار دارد. دایک وابسته به این اثر معدنی با روند N33W ترکیب داسیتی دارد که بوسیله واحد توف سبز از زمان ائوسن میانی دربرگرفته شده است.

سیلیسی شدن، کربناتی شدن و آرژیلی شدن از دگرسانی‌های متداول این دایک مینرالیزه است. این منطقه با گستره‌ای حدود (۶) ۵۰۰ متر، بیشتر از مواد وابسته به زون اکسیدان آبشتی مانند هیدروکسیدهای آهن پدید آمده است. افزون بر آن، سولفیدهای هیپوژن از نوع گالن و استینینیت نیز در دامپ‌های وابسته به این اثر معدنی یافت می‌شود. در این منطقه مینرالیزه، بر خلاف سنگ‌های آتشفشاری غیر دگرسان پیرامون، چندین کار قدیمی نیز دیده شده است (شکل ۲-۲).

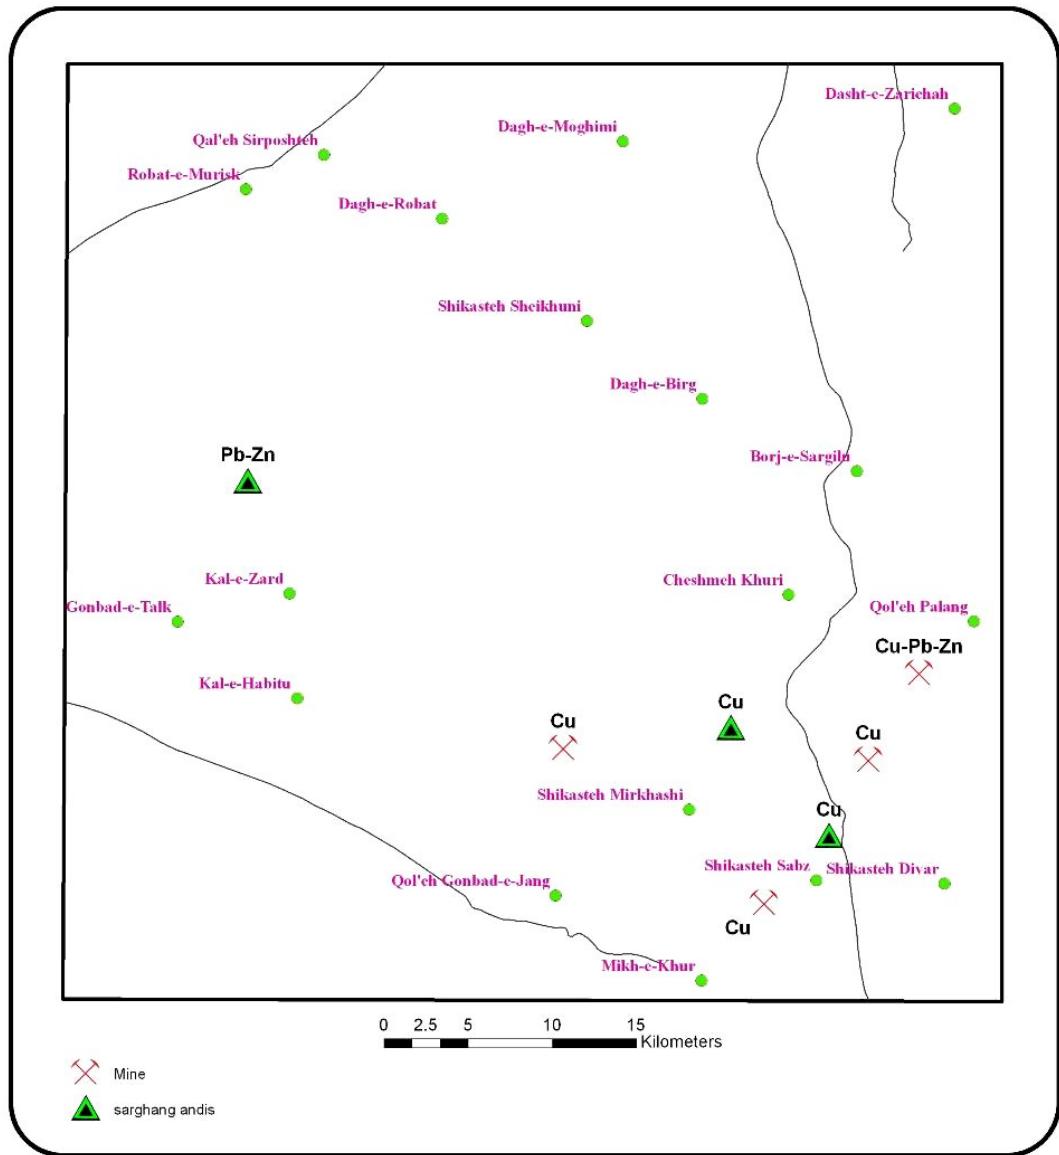

شکل(۲-۲) : معادن و اندیس‌های معدنی محدوده شارقچ

بر اساس نتایج حاصل از اکتشافات ژئوشیمیائی ناحیه‌ای و انطباق محدوده‌های آنومال با سایر اطلاعات همچون معادن متروکه، اندیس، کانسار و معادن فعال، اولویت مناطق اکتشافی به صورت نقشه‌ای ترسیم شد. در این نقشه محدوده‌های آنومال بر اساس اولویت به ترتیب شامل محدوده‌های شکسته‌میرخاش، قله‌پلنگی، چاهنقره، غرب کوه بیرگ، شمال غرب دق کوه ریاط، شرق کوه مزار و شمال کوه‌شوره می‌باشد (شکل ۳-۲).

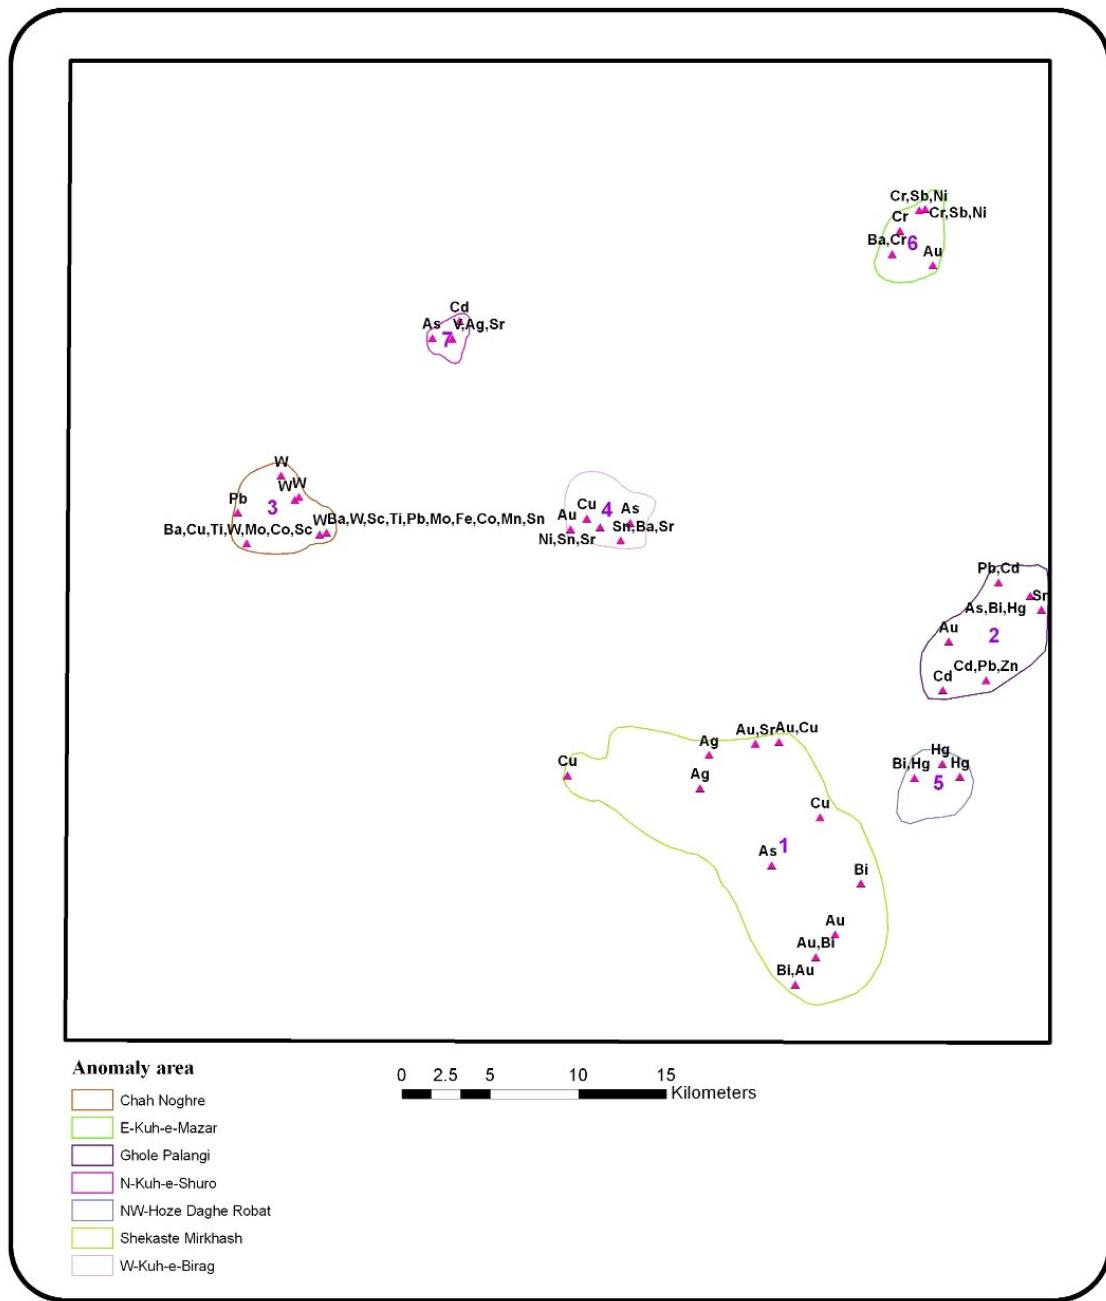

شكل (۳-۲) : محدوده‌های آنومال تعیین شده در محدوده شارقچ (بر اساس مطالعات ژئوشیمیابی قبلی)



## ۴-۶- فاز عملیات صحرایی برگه شارقچ

### ﴿ تشریح پروژه و مشخصات فنی ﴾

این پروژه در قالب قرارداد مشاوره بین شرکت مهندسین مشاور بهاوران معدن خراسان(مشاور) و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور(کارفرما) منعقد شده است که شرح خدمات آن به شرح ذیل می‌باشد:

- ۱- جمع‌آوری و پردازش اطلاعات قبلی و لایه‌های مربوطه، تلفیق و پردازش آن‌ها
- ۲- بررسی‌های زمین‌شناسی اقتصادی با انجام پیمایش‌های صحرایی جهت ارزیابی ذخایر فلزی و غیرفلزی.
- ۳- نمونه‌برداری از زون‌های کانی‌سازی و پیاده‌کردن آن‌ها بر روی نقشه‌های پایه.
- ۴- آماده‌سازی و آنالیز نمونه‌ها به روش ICP
- ۵- آماده‌سازی و آنالیز ۱۰ عنصری نمونه‌ها به روش جذب اتمی برای عناصر: W, Ag, Mo, Sb, Au, Pb, Zn, Cu, Hg
- ۶- آماده سازی و آنالیز نمونه‌ها به روش Fire Assay جهت طلا.
- ۷- آماده سازی و آنالیز نمونه‌ها به روش اسپکتروفوتومتری برای ۱۰ اکسید.
- ۸- تهیه و مطالعه مقاطع نازک، صیقلی و XRD
- ۹- ارائه گزارش نهایی.

### ﴿ فاز اول مطالعاتی ﴾

- مطالعات کتابخانه‌ای و گردآوری مدارک:

این فاز شامل گردآوری کلیه نقشه‌ها و مدارکی است که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم با عناوینی از شرح خدمات مرتبط می‌باشد.

- ۱- گردآوری نقشه زمین‌شناسی ۱:۱۰۰،۰۰۰ شارقچ (تعداد ۱ برگ).
- ۲- گردآوری نقشه توپوگرافی محدوده مورد مطالعه در مقیاس ۱:۵۰،۰۰۰ (تعداد ۴ برگ).
- ۳- گردآوری کلیه گزارشات سازمان زمین‌شناسی کشور مانند گزارشات ژئوشیمی.



## ﴿ فاز دوم مطالعاتی ﴾

تعیین مناطق مستعد و امیدبخش جهت مطالعه، که بدین منظور مراحل ذیل انجام گرفت؛

۱- بررسی نقشه‌ی زمین‌شناسی ۱:۱۰۰،۰۰۰ شارقنج که در این راستا اقدام به رقومی‌سازی نقشه‌های مذبور شد و کلیه اطلاعات زمین‌شناسی مورد نیاز بر روی این نقشه پیاده گردید.

۲- مطالعه و گردآوری گزارشات مربوط به معادن متروکه، فعال و اندیس‌های موجود در برگه‌ی یکصد هزار شارقنج در اداره صنایع و معادن خراسان جنوبی که این اطلاعات بر روی نقشه زمین‌شناسی قرار گرفت.

۳- مطالعه گزارش ژئوشیمی برگه‌ی یکصد هزار شارقنج که پس از بررسی مناطق امیدبخش بر حسب اولویت اکتشافی بر روی نقشه زمین‌شناسی پیاده گردید.

## ﴿ فاز سوم مطالعاتی ﴾

تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود و تشکیل یک بانک اطلاعاتی، که در ادامه کار اطلاعات اکتشافی منطقه شارقنج شامل اطلاعات زمین‌شناسی، ژئوشیمی، ژئوفیزیک، معادن متروکه، معادن فعال، اندیس، کانسار، آلتراسیون‌های موجود در منطقه مورد مطالعه، گردآوری که در مرحله اول، کلیه داده‌های موجود مربوط به منطقه شارقنج در نرم افزار (ArcGIS) منطبق و سپس مناطق مستعد جهت پیمایش‌های صحرایی در برگه ۱:۱۰۰،۰۰۰ شارقنج مشخص گردید.

پس از تعیین مسیرهای پیمایش در منطقه شارقنج عملیات صحرایی این برگه ابتدا همراه با ناظر طرح جناب آقای مهندس عشق‌آبادی به مدت (۲) روز جهت شناسایی مناطق مستعد آغاز شد. اعضای گروه با نظر کارشناسی ناظر طرح، ابتدا برگه شارقنج را در مسیر آبراهه‌ها پیمایش کرده و از تمام واحدهای سنگی، معادن و محدوده‌های آنومال ژئوشیمیایی بازدید کرده و در صورت لزوم نمونه‌برداری صورت گرفت.

عملیات صحرایی این پروژه ۳۵ روز متوالی به طول انجامید. تیم صحرایی متشكل از (۴) کارشناس و کارشناس ارشد زمین‌شناسی و اکتشاف معدن بوده که مدیران اجرایی آن‌ها را همراهی کرده و کار پردازش داده‌ها و تکمیل گزارش نیز توسط کارشناسان انجام شد. در جدول (۲-۲) لیست همکاران پروژه شارقنج آمده است.



جدول (۲-۲) : لیست همکاران پروژه شارقچ


ردیف	نام و نام خانوادگی	مدرک تحصیلی	سمت	سالهای کار
۱	علی اکبر راشد	کارشناس معدن	مدیر پروژه	۳۵ سال
۲	یوسف طباطبایی	کارشناس ارشد اقتصادی	مدیر فنی	۷ سال
۳	احمد حسینی نژاد	کارشناس زمین‌شناسی	کارشناس صحراجی	۷ سال
۴	جواد یزدی	کارشناس ارشد اقتصادی	کارشناس صحراجی	۳ سال
۵	رسنم آزادگانیان	کارشناس ارشد اقتصادی	کارشناس صحراجی	۱۵ سال
۶	محمد رضا خطیبی	کارشناس زمین‌شناسی	کارشناس صحراجی	۳ سال
۷	الله دولت	کارشناس ارشد تکتونیک	کارشناس دفتری پروژه	۳ سال
۸	محمد حشمتی	کارشناس زمین‌شناسی	کارشناس دفتری پروژه	۳ سال
۹	پروین نجف زاده	کارشناس ارشد اقتصادی	کارشناس دفتری پروژه	۳ سال
۱۰	پونه اشیک	کارشناس ارشد اقتصادی	کارشناس دفتری پروژه	۳ سال
۱۱	امیر محمد شهبازی	کارشناس ارشد ژئومورفولوژی	کارشناس دفتری پروژه	۲ سال

بیشترین کانی‌سازی مس در نیمی از محدوده مهرخش می‌باشد که تعداد (۵) کار شدادی در این محدوده شناسایی شده است. اغلب کانی‌سازی‌ها همراه با دایک آندزیتی و کانی‌سازی از نوع مالاکیت می‌باشد. ضمن بررسی این منطقه، دو محدوده کار شدادی در محل چاه خشت شناسایی شد که در این محدوده کانی‌سازی از نوع مالاکیت و در واحدهای آندزیتی می‌باشد. همچنین در نیمی از محدوده مهرخش سولفات‌سیدیم مشاهده شد که نمونه‌برداری از آن انجام گرفت. در مناطقی از محدوده شکسته‌دیوار کانی‌سازی‌های مس مشخص شده است که بهترین کانی‌سازی در شمال شارقچ می‌باشد. چهار دایک با عرض ۱۵۰-۱۰۰ متر و طول ۴۰۰-۵۰۰ متر به همراه تعداد ۱۵ کنده‌کاری در این محدوده مشهود است و می‌توان آن را به عنوان یک اندیس مس در نظر گرفت که نمونه‌برداری از این محدوده نیز انجام شد. در محدوده ۱:۵۰۰۰ راویج درون واحدهای آندزیتی تعدادی کار شدادی و آثار کانی‌سازی مس دیده می‌شود و در بخشی از محدوده می‌توان بنتونیت را مشاهده کرد که از تمام قسمت‌ها نمونه‌برداری انجام شد. همچنین در این برگه یک سنگ‌آهک جهت مصالح ساختمانی شناسایی شد.



در بخش شمال برگه ۵۰۰۰۰:۱ رباط مورشك، واحد آهک ترياس دیده می‌شود که دارای شکستگی زیادی است و جهت صالح ساختمانی قابل استفاده نمی‌باشد. اما در سمت جنوب نقشه در منطقه چاه حسینا، واحدهای آندزیتی دیده می‌شود که دارای آنومالی بتونیت می‌باشد. معدن شدادی بزرگ چاهنقره نیز در نزدیک همین محدوده در سازند شمشک و همراه با مقداری آندزیت وجود دارد. داخل این آندزیت، در امتداد یک گسل تعداد (۴) چاه شدادی و کوره شدادی شناسایی شد که دارای کانی‌سازی گالن-بورنیت-اکسید آهن می‌باشد.

نمونه‌برداری صحرایی بر اساس نیاز و با در نظر گرفتن اصول و مقررات کارفرما انجام شده محل برداشت این نمونه‌ها در شکل (۲-۴) آمده است.

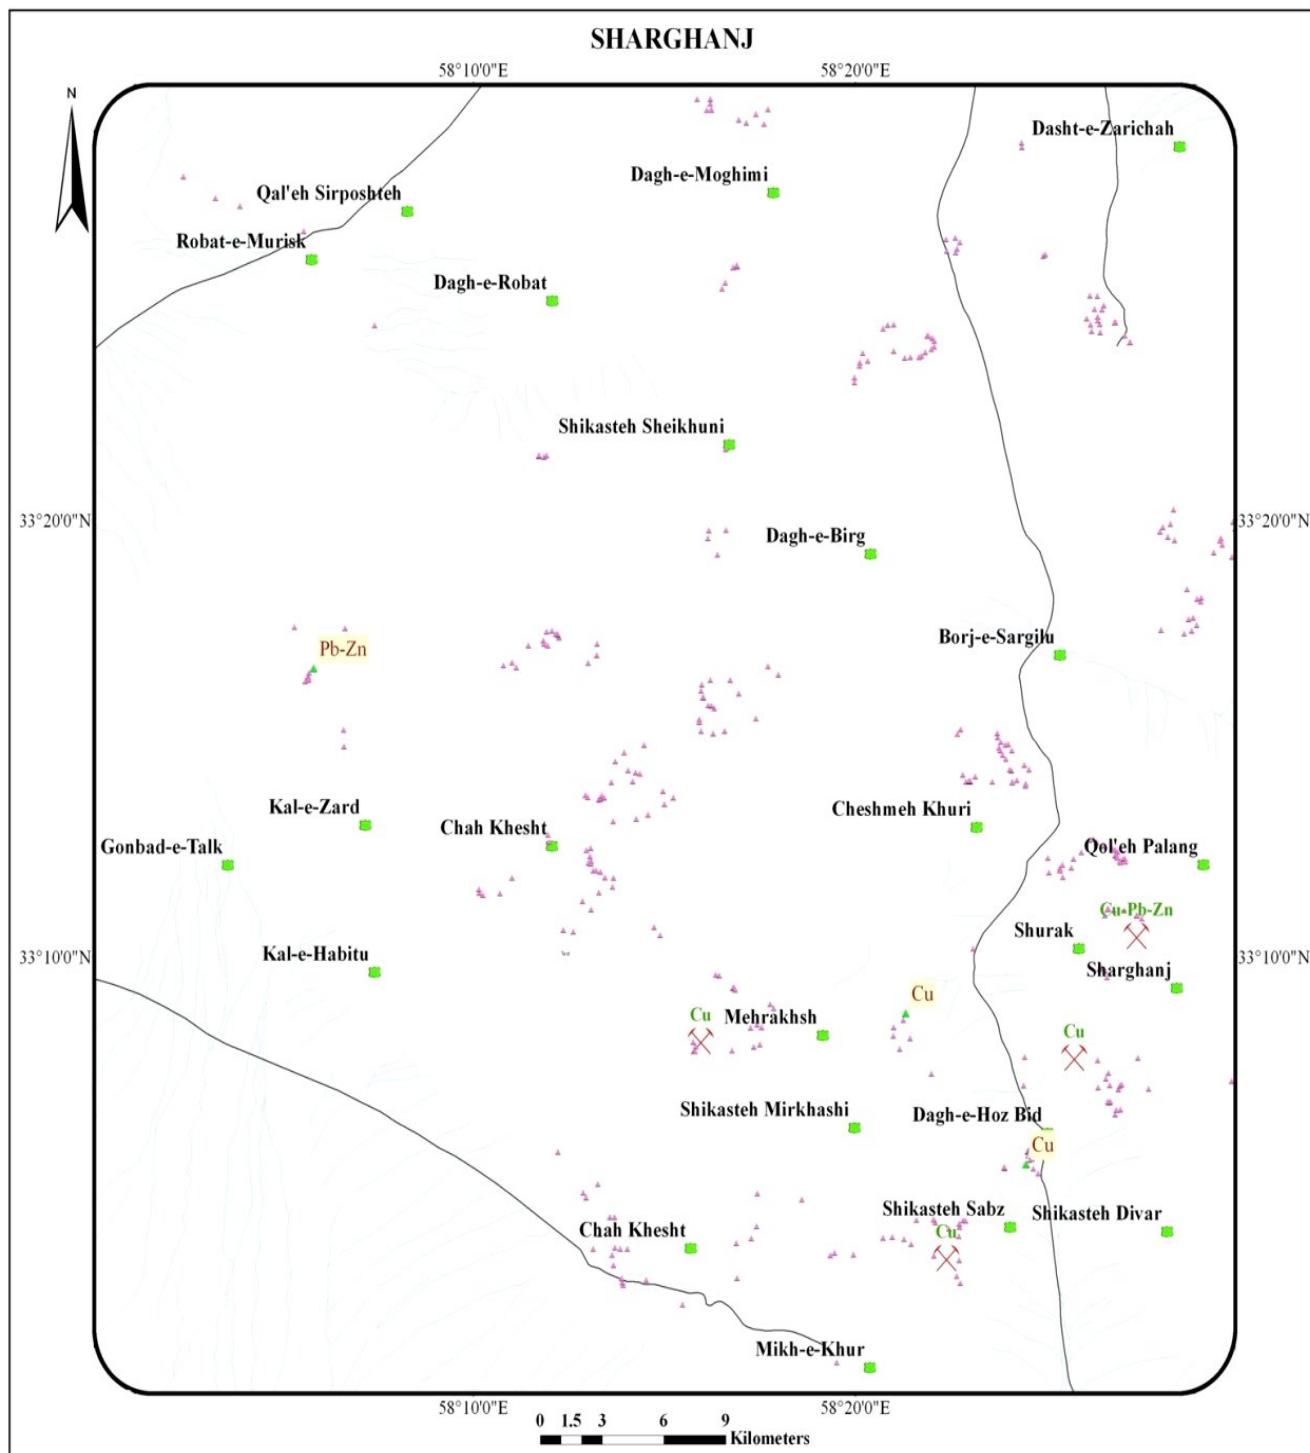

شكل (۴-۲) : نقشه نمونه‌برداری و مناطق آنومال محدوده ۱:۱۰۰۰۰۰ شارقچ.



### ۳- کنترل پتانسیل‌های معدنی در برگه ۱:۱۰۰،۰۰۰ شارقنج

محدوده مورد نظر در ۲۵۰ کیلومتری شمال غربی بیرجند و دارای مختصات  $^{\circ} ۳۰ - ۵۸$  طول شرقی و  $^{\circ} ۳۰ - ۳۳$  عرض‌های شمالی جای گرفته است.

محدوده مطالعاتی شارقنج در این گزارش، دربرگیرنده چهار برگه ۱:۵۰،۰۰۰ راویج، مهرخش، رباط مورشك و شکسته چاه خشت می‌باشد. برگه یکصد هزار زمین‌شناسی شارقنج (۷۶۵۶)، در برگه ۱:۲۵۰،۰۰۰ بشرویه (NI 40-11) واقع شده است. نقشه‌های توپوگرافی ۱:۵۰،۰۰۰ این برگه در جدول (۱-۳) نشان داده شده است.

جدول (۱-۳) : محدوده ها ۱/۵۰۰۰۰ ورقه یکصد هزار شارقنج (شماره نقشه ۷۶۵۶)

روباط مورشك IV	راویج I
کوه شکسته چاه خشت III	مهر خش II



### ۳-۱- بررسی نواحی امیدبخش و مشکوک به کانی‌سازی در ورقه ۱:۵۰،۰۰۰ راویج

چهار گوش ۱:۵۰،۰۰۰ نقشه توپوگرافی راویج بین  $۱۵^{\circ} ۵۸^{\prime}$  تا  $۱۵^{\circ} ۳۰^{\prime}$  طول شرقی و  $۳۰^{\circ} ۳۳^{\prime}$  تا  $۳۰^{\circ} ۳۰^{\prime}$

عرض شمالی در استان خراسان جنوبی قرار دارد.

طی عملیات صحراوی مسیرهای پیمایش طراحی شده مورد بازدید قرار گرفته و مجموعاً ۸۰ نمونه در مسیرهای پیمایش تعیین شده جهت انجام فاز مطالعاتی از برگه ۱:۵۰،۰۰۰ راویج برداشت شد. فهرست و موقعیت محل برداشت این نمونه‌ها در پیوست شماره یک این گزارش ارائه شده است. از این تعداد، ۲۴ نمونه برای آنالیز جذب اتمی، ۱۲ نمونه برای آنالیز اسپکتروفوتومتری، ۲۴ نمونه برای آنالیز ICP، ۶ نمونه برای Fire Assay ۱۳ نمونه جهت مطالعه مقاطع نازک و صیقلی و ۱۲ نمونه برای XRD برداشت شده است. نتایج آنالیزها در پیوست شماره سه این گزارش ارائه شده است.



گزارش نهایی کنترل و بررسی نواحی امیدبخش در ورقه ۱:۱۰۰،۰۰۰ شارقیج  
فصل سوم: بررسی نواحی امید بخش و مشکوک به کانی سازی



شکل (۱-۳) : نقشه مسیرهای پیمایشی در برگه ۱:۵۰۰۰۰ راویج



### R-1-۱-۳- محدوده پیمایش ۱

این محدوده در شمال شرق برگه ۱:۵۰،۰۰۰ راویج به مختصات جغرافیایی "۳۶° ۲۵' ۵۸" تا "۷° ۲۷' ۵۸" طول شرقی و "۲۴° ۲۵' ۳۳" تا "۳۰° ۳۳' ۲۴" عرض شمالی واقع شده است. راه دسترسی از طریق جاده سه قلعه به بیرجند (بعد از طی ۱۵ کیلومتر جاده آسفالت) از جاده خاکی سمت راست به سمت چاه زرین، چاه مزار، چاه خوشتی است. مسیر این پیمایش در شکل (۱-۳) نشان داده شده است. لیتوژوژی عمده در این منطقه شامل جریان‌های گدازه با ترکیب شوشوونیتی ( $Pg^{sh}$ ) به همراه دیگر سری سنگ‌های ولکانیکی، محدوده ای بزرگ را در جنوب منطقه برداشت در بر می‌گیرند و غالب با واحد‌های  $Pg^t$ ,  $Pg^{tb}$ ,  $Pg^{at}$  وابستگی نزدیک به شیوه بین انگشتی دارند. ویژگی این سنگ‌ها بافت مگاپورفیریتیک با درشت بلورهای از پلاژیوکلاز، پیروکسن و اولیوین در زمینه‌های ریز دانه از همین کانی‌هاست. به علت یکنواختی ترکیب سنگ‌های این پیمایش جدایش گونه‌های مختلف سنگ از یکدیگر مشکل بوده و به طور کلی می‌توان آنها را به گونه‌های آبساروکیت، شوشوونیت و باناکیت تقسیم نمود (شکل ۲-۳). بر اساس مطالعات ژئوشیمیایی<sup>\*</sup> این محدوده در آنومالی شماره (۶) واقع شده است

طبق بررسی‌های صحراوی محدوده پیمایش R-1 به سه مسیر R-1c, R-1b, R-1a تفکیک شد که در مجموع از این سه مسیر اقدام به برداشت جمماً ۱۰ نمونه سنگی شد. فهرست این نمونه‌ها بهمراه موقعیت محل برداشت و نوع آنالیزهای انجام گرفته در جداول (۲-۳)، (۴-۳) و (۵-۴) ارائه شده است. لازم به ذکر است از این تعداد (۱) نمونه جهت تهیه و مطالعه مقطع نازک، (۲) نمونه جهت آنالیز ICP، (۱) نمونه جهت آنالیز جذب اتمی و (۱) نمونه نیز جهت آنالیز اسپکتروفتوometri انجام گرفت که نتایج این آنالیزها در جداول (۳-۶) تا (۳-۸) آورده شده است.

\* گزارش اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک در محدوده ۱:۱۰۰،۰۰۰ شارقچ

معاونت اکتشاف - مدیریت امور اکتشاف



### R-1a-۱-۱-۳-مسیر پیماش

مسیر این پیماش از غرب کوه فاطمه‌در به طرف چاه مزار (بر روی واحد داسیتی) است. در غرب کوه (فاطمه در) آثاری از کانی‌سازی اپیدوت قابل مشاهده است. لذا نمونه‌های SH-1، SH-2 و SH-3 از واحد پیروکسن آندزیت برداشت شدند. در ادامه مسیر از واحد سنگی بازیک با ترکیب شوشوئیتی نمونه شماره SH-4 برداشت شد (اشکال ۳-۳ و ۴-۳). جمعاً از مسیر پیماش R-1a تعداد (۴) نمونه سنگی برداشت شد. فهرست و محل برداشت این نمونه‌ها بهمراه نوع آنالیز انجام گرفته در جدول (۲-۳) ارائه شده است.

جدول (۲-۳) : لیست نمونه‌ها و نوع آنالیزهای انجام شده مسیر پیماش R-1a


مختصات نمونه (UTM)		نوع آنالیز	نمونه	ردیف
Y	X			
3698626	633773	AAS	SH-1	۱
3698640	633477	SPE	SH-2	۲
3697677	633358	ICP	SH-3	۳
3698610	633760	THIN	SH-4	۴



شکل (۳-۳) : برونزدی از یک توده داسیتی تا ریولیتی حاوی اکسیدها ، هیدروکسیدهای آهن و منگنز؛ شمال شرق چاهمزار (دیدبه سمت جنوب)



شکل (۴-۳) : بیرون‌زدگی داسیت‌ها در داخل آندزیت‌ها (دید به سمت جنوب)

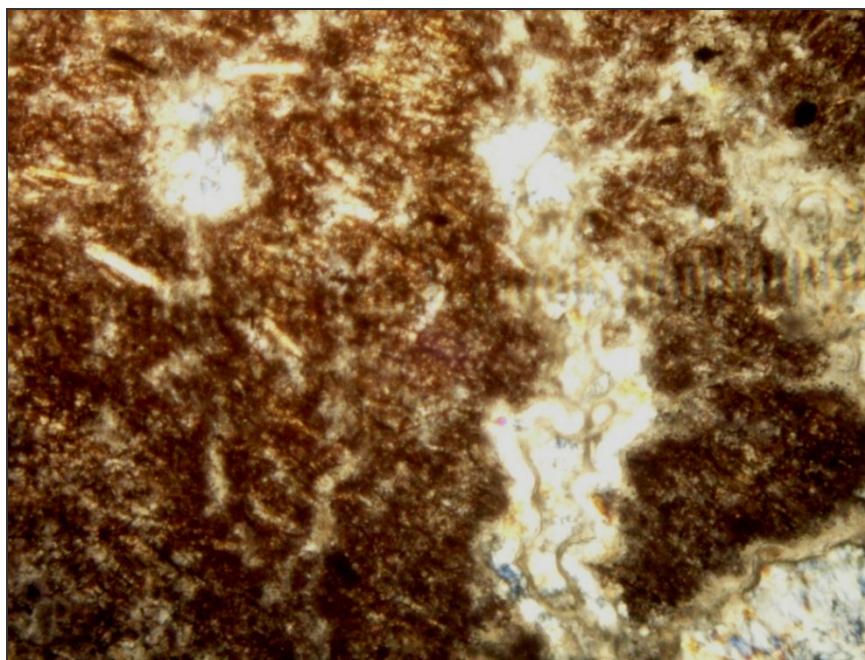

شکل (۵-۳) : تصویر میکروسکوپی از مقطع نازک نمونه شماره SH-4



جدول (۳-۳) : مشخصات مقطع نازک نمونه شماره SH-4

ردیف	شماره مقطع	SH-4
۱	کانی‌های اصلی	فلدسبات‌های پتاسیم و کلسیم (سانیدین و پلازیوکلاز)، هورنبلند، کانی‌های اوپک، به علت وجود ترک‌های زیاد در سنگ و پرشدن ترک‌ها و رگه‌ها از کانی‌های ثانوی، تشخیص سنگ را کمی مشکل کرده است
۲	کانی‌های فرعی	-
۳	کانی‌های آلتراسیونی	سیلیس، زئولیت، کلریت، کربنات
۴	بافت سنگ	(Pyroclastic) پیروکلاستیک
۵	نام سنگ	آلتراسیون و ایجاد رگه در سنگ صورت گرفته در نتیجه نام سنگ احتمالاً توف آندزیتی است.

### R-1b-۱-۱-۲-مسیر پیمایش

مسیر پیمایش R-1b در جهت شمال به جنوب مسیر پیمایش اصلی R-1 است. در ابتدای این مسیر یک واحد ریوداسیتی رویت شد و اقدام به برداشت نمونه شماره SH-100 از این واحد شد. در ادامه مسیر رخنمون داسیتی به همراه رگه‌هایی از ژاسپروئید سیاه رنگ و اکسیدهای منگنز و آهن قابل مشاهده است لذا نمونه‌های شماره SH-101 و SH-102 از رگه ژاسپروئید برداشت گردید. البته در این منطقه، آثار کمی از آلتراسیون کلریتی مشهود بود ولی در مجموع کانی‌سازی خاصی در پیمایش انجام گرفته، مشاهده نگردید. فهرست نمونه‌ها بهمراه موقعیت محل برداشت و نوع آنالیزهای انجام گرفته طی مسیر پیمایشی R-1b در جدول (۴-۳) آورده شده است.

جدول (۴-۳) : لیست اسامی نمونه‌های سنگی مسیر پیمایش R-1b

ردیف	نمونه	نوع آنالیز	مختصات نمونه (UTM)	
			Y	X
۱	SH-100	ICP	3698094	633673
۲	SH-101	ICP	3697407	633525
۳	SH-102	ICP	3697137	633563



### R-1c - ۳-۱-۱-۳ - مسیر پیمایش

این پیمایش در شرق ارتفاعات کوه فاطمه در به سمت جنوب قرار گرفته است. در ابتدای مسیر از یک واحد آندزیتی که دارای گارنت‌هایی به ابعاد (۱) تا (۳) میلیمتر بود نمونه شماره SH-201 برداشت شد. در ادامه مسیر یک واحد داسیتی دارای مقداری آگات سیاه رنگ بهمراه اکسیدهای آهن و منگنز قابل مشاهده است. لذا نمونه های شماره 202 و Sh-203 در امتداد واحد داسیتی از محدوده های حاوی اکسید های آهن و منگنز برداشت شد. در ادامه مسیر تا چاه مزار آثاری از کانی‌سازی مشاهده نگردید. جمعاً از مسیر پیمایش R-1c، (۳) نمونه سنگی برداشت شده است. در جدول (۵-۳) فهرست این نمونه‌ها به همراه موقعیت جغرافیایی و نوع آنالیز هر نمونه به صورت تفکیکی ارائه شده است.

جدول (۵-۳) : لیست نمونه های سنگی مسیر پیمایش R-1c

مختصات نمونه (UTM)		نوع آنالیز	نمونه	ردیف
Y	X			
3697536	634523	AAS	SH-201	۱
3696967	634914	ICP	SH-202	۲
3696694	635131	ICP	SH-203	۳

نتایج آنالیزهای نمونه‌های سنگی مسیر پیمایش R-1 به شرح ذیل می باشد (جداول ۳-۶ الی ۳-۸).

جدول (۳-۶) : نتیجه آنالیز ICP نمونه‌های مسیر پیمایش R-1

SAMPLE	Content Unit : ppm										
	Au	W	Sb	Bi	Ag	Al2O3%	As	Ba	Be	CaO%	Cd
SH-3	1.6	0.87	0.5	0.2	0.8	9.5	14.3	342	1.7	7.2	0.7
SH-100	1.7	0.5	0.5	0.2	0.7	13.6	3.6	294	1.4	10.3	0.7
SH-101	1.6	2.92	0.73	0.2	0.8	5.5	30.1	465	3.4	1.4	0.4
SH-102	1.7	17.5	2.05	0.2	0.8	3.6	147.3	364	4	0.7	0.7
SH-202	3.2	0.5	1.58	0.2	0.8	13.1	3.5	402	1.5	8.5	0.9
SH-203	3.2	0.5	0.57	0.2	0.8	0.1	3.3	34	3.2	30.8	0.7
SAMPLE	Co	Cr	Cu	Dy	Eu	Fe2O3%	Ga	Gd	Hf	K2O%	La
SH-3	11.6	18.8	0.2	5.8	1.1	5.6	33.3	2.4	8.5	2.02	15.2
SH-100	20.3	35.2	0.2	4.4	1.5	6.7	28.2	0.1	8.8	1.52	16.3
SH-101	3.5	21.4	0.2	2.2	0.7	3.5	28.4	2.2	9.7	2.99	16.3
SH-102	3.4	53.1	0.2	2.4	1.2	7.2	21.6	1.3	6.1	2.12	12.6
SH-202	18	37.3	0.2	4.7	2.1	9.8	33	0.7	8.7	1.37	16.6



SH-203	65	15.5	0.2	4.5	0.6	4.1	5.9	0.1	2.8	0.01	5.1
<b>SAMPLE</b>	<b>Li</b>	<b>P</b>	<b>Pb</b>	<b>Mn</b>	<b>Mo</b>	<b>Na<sub>2</sub>O%</b>	<b>Nb</b>	<b>Nd</b>	<b>Ni</b>	<b>MgO%</b>	<b>Pr</b>
SH-3	17.8	1341	9	725	1.5	4.24	22.1	35.6	0.5	0.13	5.8
SH-100	7.9	1282	2.9	824	1.7	3.27	25	33.9	2.8	0.3	6.9
SH-101	31.2	598	19.6	334	1.3	3.21	13.1	12.9	0.5	0.27	3.4
SH-102	27.9	490	16.5	346	13.1	1.99	51.6	10.9	0.5	0.21	7.3
SH-202	7.7	1697	9.4	905	1.7	3.51	46.4	33.9	2.1	0.37	10.2
SH-203	0.2	75	1.6	3071	0.5	0.01	16.1	28.5	15	7.38	4.2
<b>SAMPLE</b>	<b>Sc</b>	<b>Sm</b>	<b>Sn</b>	<b>Sr</b>	<b>Ta</b>	<b>Ti</b>	<b>U</b>	<b>V</b>	<b>Y</b>	<b>Zn</b>	<b>Zr</b>
SH-3	4.5	3.4	6.6	307	6.5	6233	4.2	94.7	26.4	215	356
SH-100	11	4.8	16	426	4.6	7681	1.5	183.9	24	203	280
SH-101	1.2	2.3	10.5	132	3	1556	9.7	33.7	8.6	156	352
SH-102	1.1	3	8.1	90	5.3	1069	5	293.8	7.5	161	186
SH-202	9	4.1	8.8	395	4	9000	2.2	232.9	23.9	160	334
SH-203	23.3	0.1	1	419	2.2	48	1	126.5	23	485	193

جدول (۷-۳) : نتیجه آنالیز جذب اتمی نمونه‌های مسیر پیمایش R-1

SAMPLE	Content Unit : ppm Au ( ppb )									
	Ag	As	Cu	Mo	Pb	Sb	W	Zn	Au	Hg
SH -1	0.1	22.5	13	1.3	8.9	2.7	1.5	60	2.7	0.05
SH -201	0.1	7.1	7	0.85	12.5	2.1	3.1	150	2.2	0.05

جدول (۸-۳) : نتیجه آنالیز اسپکتروفوتومتری نمونه‌های مسیر پیمایش R-1

SAMPLE	%SiO <sub>2</sub>	%Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%CaO	%MgO	%P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	%TiO <sub>2</sub>	%Na <sub>2</sub> O	%K <sub>2</sub> O	%MnO
SH-2	59.4	17.5	5.35	4.3	0.12	0.73	0.96	5.02	3.5	0.022

با توجه به نتایج آنالیز و مشاهدات صحراوی این پیمایش قادر پتانسیل اقتصادی می باشد.

## R-2-۱-۳- محدوده پیمایش

محدوده این پیمایش در جنوب شرق برگه ۱:۵۰،۰۰۰ راویج واقع شده و دارای مختصات "۲۷' ۵۸° ۲۹' ۰" طول شرقی و "۸' ۱۸' ۳۳° ۲۰' ۱۹'" عرض شمالی می باشد. راه دسترسی به این مسیر پیمایش از طریق جاده سه قلعه به بیرجند (بعد از طی ۱۵ کیلومتر جاده آسفالت)، از جاده خاکی سمت راست، به طرف چاه زرین، چاه مزار، چاه عباس، چاه نورزی و ارتفاعات کوه شکسته چاه شور است. مسیر این پیمایش در شکل (۱-۳) نشان داده شده است. لیتولوژی عمده در این منطقه شامل واحد های داسیتی تاریوداسیتی از تیپ ایگنیمیریتی (Pg<sup>۱</sup>) می باشد



و در شرق کوه بیرگ ، جنوب دق کجون و شمال غرب چاه حسین قابل مشاهده است. همچنین در بالای این پیمایش آندزیت های آمفیبول و پیروکسن دار وجود دارد. در شکل (۲-۳) وضعیت زمین‌شناسی در این مسیر پیمایش نشان داده شده است. مطالعات ژئوشیمیایی آنومالی خاصی را در محدوده نشان نمی‌دهد. در بررسی های صحراوی، مسیر پیمایشی-R-2 به (۳) مسیر R-2c ، R-2b ، R-2a برداشت گردید که فهرست و محل برداشت نمونه‌ها بهمراه نوع آنالیز انجام گرفته بر روی آن‌ها در جداول (۹-۳) و (۱۲-۳) و (۱۳-۳) درج گردیده است. از این تعداد، (۲) نمونه جهت مقطع نازک، (۴) نمونه جهت آنالیز ICP ، (۶) نمونه جهت آنالیز جذب اتمی، (۴) نمونه جهت آنالیز XRD و (۲) نمونه نیز جهت آنالیز اسپکتروفوتومتری مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آنالیزهای مذکور در جداول (۱۴-۳) تا (۱۶-۳) ارائه شده است.

### ۱-۲-۱-۳-مسیر پیمایش R-2a

در ابتدای مسیر پیمایش یک واحد توف آندزیتی حاوی اکسیدهای آهن قابل مشاهده است لذا نمونه های شماره SH-6x از واحد فوق برداشت شده است ، همچنین در ادامه مسیر پیمایش در داخل توف آندزیت ها، رگه هایی سیلیسی رویت شد که در بعضی از قسمت‌ها حاوی کانی‌های کلریت، اپیدوت و کمی مالاکیت بودند لذا نمونه شماره SH-9 از این رخمنون برداشت شد. در ادامه مسیر پیمایش نیز واحد های آندزیتی به همراه اپیدوت قابل رویت هستند لذا نمونه 7 SH-7 از واحد فوق برداشته شده است. در ادامه همین واحد نمونه شماره SH-8 برداشت گردید. در انتهای مسیر پیمایش نمونه شماره SH-10 از واحدهای داسیتی برداشت شد (شکل ۳-۶). همچنین محدوده خاک صنعتی نیز رویت شد لذا نمونه SH-210 برداشت گردید. فهرست این نمونه‌ها به همراه موقعیت محل برداشت و نوع آنالیز هر نمونه به صورت تفکیکی در جدول (۹-۳) ارائه شده است.

جدول (۹-۳) : لیست نمونه های سنگی مسیر پیمایش R-2a

مختصات نمونه (UTM)		نوع آنالیز	نمونه	ردیف
Y	X			
3886297	637587	Thin	SH-5	۱
3685897	637993	ICP	SH-6x	۲
3685782	638150	ICP	SH-7	۳
3685949	638179	AAS	SH-8	۴
3689649	639987	Thin	SH-9	۵
3689336	636984	AAS	SH-10	۶
3688488	636778	XRD	SH-210	۷



شکل (۶-۳) : لایه هایی از توف حاوی اکسیدهای آهن به همراه ژاسپر و میان لایه هایی از سیلیس به صورت برشی جنوب چاه نوذری.



شکل (۷-۳) : تصویری از مقطع نازک نمونه شماره SH-5



جدول (۱۰-۳) : مشخصات مقطع نازک نمونه شماره SH-5

ردیف	شماره مقطع	SH-5
۱	کانی‌های اصلی	پلازیوکلاز در اندازه‌های درشت و ریز، فلدسبات پتاسیم(سانیدین) و هورنبلند که اغلب آتره شده‌اند در زمینه سنگ، کانی‌های اوپک، کلینوپیروکسن و ارتوپیروکسن آتره شده که پسودومورف آن‌ها باقی مانده است.
۲	کانی‌های فرعی	-
۳	کانی‌های آلتراسیونی	کلریت، کربنات، کانی‌های اوپک، کائولن، سرسیت
۴	بافت سنگ	گلومرولپورفیری(GolomeroPorphyry)-پورفیری(Porphyry)
۵	نام سنگ	آندزیت(Andesite)



شکل (۸-۳) : تصویر میکروسکوپی از مقطع نازک نمونه شماره SH-9



جدول (۱۱-۳) : مشخصات مقطع نازک نمونه شماره SH-9

ردیف	شماره مقطع	SH-9
۱	کانی‌های اصلی	پلازیوکلаз در اندازه‌های درشت و ریز، فلدسپات پتاسیم(سانیدین) و هورنبلند که اغلب آلترا شده‌اند در زمینه سنگ، کانی‌های اوپک، کلینوپیروکسن و ارتوپیروکسن آلترا شده که پسودومورف آن‌ها باقی مانده‌است.
۲	کانی‌های فرعی	-
۳	کانی‌های آلتراسیونی	کلریت، کربنات، کانی‌های اوپک، کانولن، سرسیت
۴	بافت سنگ	(GolomeroPorphyry)، پورفیری(Porphyry)، گلومروپورفیری
۵	نام سنگ	آندرزیت(Andesite)

نمونه SH-210 جهت آنالیز XRD ارسال گردید نتیجه آنالیز بیانگر وجود کانی‌های مونتموریونیت و گچ می‌باشد.

### ۳-۱-۲-۲- مسیر پیمایش R-2b

در این مسیر پیمایش به واحد‌های آندزیت تا توف آندزیت رسیده که در داخل این واحدها رگچه‌های حاوی کانی مالاکیت و اکسیدهای آهن دیده می‌شود که نمونه‌های شماره 104 و SH-105 برداشت شدند. در ادامه همین واحد نمونه SH-103 از آندزیت‌ها جهت آنالیز ICP برداشت گردید. در برخی از قسمت‌ها مالاکیت با رگچه‌های ژاسپروئید همراه است. خصامت این رگچه‌ها بین (۵)-۱۰ سانتیمتر و گسترش طولی در حدود (۵)-(۶) متر است. از این رگچه‌ها، نمونه‌های شماره SH-106 و SH-107 برداشت شدند. در ادامه مسیر پیمایش به یک واحد بازالتی خرد شده برخورد و نمونه 108 از این رخنمون برداشت شد. فهرست نمونه‌های سنگی مسیر پیمایش R-2b بهمراه موقعیت محل برداشت و نوع آنالیزهای انجام گرفته در جدول (۱۲-۳) آورده شده‌است.



جدول (۱۲-۳) : لیست نمونه‌های سنگی مسیر پیمایش R-2b

مختصات نمونه (UTM)		نوع آنالیز	نمونه	ردیف
Y	X			
3689268	638791	ICP	SH-103	۱
3689160	639411	AAS	SH-104	۲
3689266	639605	AAS	SH-105	۳
3688374	638887	AAS	SH-106	۴
3688201	638987	XRD	SH-107	۵
3687863	638651	AAS	SH-108	۶

### R-2c-۱-۲-۳-مسیر پیمایش

در ابتدای مسیر پیمایش از سنگ‌های آندزیت تا توف آندزیت نمونه شماره SH-206 برداشت شد. در ادامه مسیر به یک معدن فعال بنتونیت رسیده که نمونه‌های شماره SH-207 و SH-207X از این معدن برداشت شده است، با این حال کانی‌سازی فلزی در این نقطه رویت نشد. در ادامه مسیر در نقطه‌ای به مختصات X: ۶۳۷۴۵۰ ، Y: ۳۶۸۴۴۰۷ به یک واحد بنتونیتی که دارای گسترش سطحی خوبی است رسیده و نمونه‌های SH-208 و SH-209 از آن برداشت شد. مسیر مورد پیمایش برای خاک صنعتی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. فهرست نمونه‌های مسیر پیمایش R-2c آورده شده است.



جدول (۱۳-۳) : لیست نمونه‌های سنگی مسیر پیمایش R-2c

مختصات نمونه (UTM)		نوع آنالیز	نمونه	ردیف
Y	X			
3684150	636850	XRD	SH-206	۱
3684418	637502	XRD	SH-207	۲
3684418	637502	SPE	SH-207X	۳
3684545	637801	SPE	SH-208	۴
3685025	637660	ICP	SH-209	۵

نتایج آنالیزهای نمونه‌های مسیر پیمایش 2 در جداول (۱۴-۳) تا (۱۶-۳) ارائه شده است.

جدول (۱۴-۳) : نتیجه آنالیز ICP نمونه‌های مسیر پیمایش 2

Content Unit : ppm Au ( ppb )												
SAMPLE	Au	W	Sb	Bi	Ag	Al2O3%	As	Ba	Be	CaO%	Cd	Ce
6X	2.7	0.5	2.98	0.2	0.8	2.4	3.9	93	0.6	3	0.3	10.9
7	1.4	1.04	0.5	0.2	0.8	4.6	9.4	205	1.1	3.1	0.4	21.3
209	1.2	2.35	0.81	0.2	0.9	0.2	3.3	1316	1.7	0.6	0.2	2
103	3.4	0.5	1.27	0.2	0.8	9.1	6.2	268	0.7	14.9	0.7	31.4
SAMPLE	Co	Cr	Cu	Dy	Eu	Fe2O3%	Ga	Gd	Hf	K2O%	La	S
6X	2.4	54.9	0.2	1.1	0.3	1.4	12.1	0.1	2.3	0.35	4.8	1617
7	4.1	114.8	0.2	2.5	0.6	3.4	14	0.1	5.4	1.15	10.7	267
209	1.6	115	182	1.7	0.1	0.8	0.3	0.1	5.6	0.01	0.5	302
103	11.8	130.7	0.2	2.8	0.5	5.5	20.4	1.1	5	1.41	14.9	1887
SAMPLE	Li	Mg	MgO%	Mn	Mo	Na2O%	Nb	Nd	Ni	Pb	Pr	Zr
6X	10.4	3175.7	0.32	257	1.6	0.53	0.5	6.9	4.2	0.2	1.4	65
7	11.1	2641	0.26	352	2	1.32	8.4	17.3	15.4	5.1	3.4	149
209	0.6	756.86	0.08	7200	5.2	0.03	1	3.4	2.4	0.5	0.8	20
103	26.8		0.61	1373	1.7	2.1	9	24.8	74	4.2	5.6	183
SAMPLE	Sc	Sm	Sn	Sr	Ta	Ti	U	V	Y	Zn		
6X	1.9	0.1	1.9	68	1	573	1.2	18.5	5.4	128		
7	3.9	1.9	9.7	102	1	1355	1	52.8	12.9	118		
209	0.4	0.1	17.1	73	4.4	63	1	31	2	102		
103	12.4	2.7	6.4	209	2.9	3490	1	47.2	17.9	149		



جدول (۳-۱۵) : نتیجه آنالیز جذب اتمی نمونه‌های مسیر پیمایش R-2

SAMPLE	Content Unit : ppm Au ( ppb )									
	Ag	As	Cu	Mo	Pb	Sb	W	Zn	Au	Hg
8	0.1	3.1	20	0.94	10.4	2.2	1.8	53	1.2	0.05
10	0.1	9.1	17	0.58	9.6	2.1	1.4	38	1.9	0.05
104	2.9	30.6	7498	5.77	5.8	1.8	1.4	113	2.3	0.05
105	0.1	8.8	45	0.63	2.5	1.4	1.6	44	2.2	0.05
106	0.1	10.2	79	1.31	2.2	0.9	0.4	24	2	0.05
108	0.1	11.1	37	0.36	1.5	0.3	2.1	74	1.6	0.05

جدول (۳-۱۶) : نتیجه آنالیز اسپکتروفتومتری نمونه‌های مسیر پیمایش R-2

SAMPLE	%SiO <sub>2</sub>	%Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%CaO	%MgO	%P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	%TiO <sub>2</sub>	%Na <sub>2</sub> O	%K <sub>2</sub> O	%MnO
SH-107	51.3	16	5.9	6.57	5.95	0.53	0.87	2.8	1.8	0.057
SH-207X	18	2.58	0.59	29.42	0.43	n.d	0.06	0.67	0.3	0.006
SH-208	40.7	14.63	7.6	11.5	5.12	0.4	0.82	0.59	7.3	0.28

در این محدوده غنی شدگی خاصی دیده نمی‌شود. به جز نمونه شماره SH-107 که غنی شدگی کمی نسبت به عنصر مس نشان می‌دهد که براساس تقسیم بندی کانسارهای مس جزء مس کم‌عیار محسوب می‌شود و قادر ارزش اقتصادی می‌باشد.

نمونه های SH-206, SH-207 جهت آنالیز XRD ارسال گردیدند. نتیجه آنالیز بیانگر وجود کانی های مونتموریونیت، گچ و باسانیت می‌باشد. لذا با توجه به نظر کارشناسان و نتایج آنالیز این محدوده برای خاک صنعتی (بنتونیت) دارای ارزش اقتصادی می‌باشد.

### R-3-۱-۳ - محدوده پیمایش 3

محدوده این پیمایش 3 در جنوب غرب برگه ۱:۵۰،۰۰۰ راویج واقع شده است. نقطه شروع این پیمایش به مختصات "۳۱° ۱۶' ۵۸" تا "۰۳' ۱۸" طول شرقی و "۹' ۱۵" تا "۳۳° ۳۳" عرض شمالی می‌باشد. راه دسترسی از طریق جاده سه قلعه به بیرجند (بعد از طی ۱۵ کیلومتر جاده آسفالتی) و عبور از چاه زرین، کوه سفید، چاه قربان و چاه سرمحمد علی است. مسیر این پیمایش در شکل (۳-۱) نشان داده شده است. لیتوژوژی عمده در این منطقه شامل:

توف سبز (Pg) و سازند شمشک (Js) با روند شمال خاوری - جنوب باختری ، از شیل های یکنواخت و سیلیتی- ماسه ای همراه با میان لایه هایی از ماسه سنگ می باشد. بخش بالائی این سازند را یک واحد آهکی ساخته ، که از نظر زمانی برابر آهک تیپ بادامو (J<sub>bd</sub>) واز نوع ائو بیومیکرودايت است. این واحد آهکی با ضخامتی حدود ۱۰ - ۱۵ متر در کوه بیرگ برونزد دارد و بعنوان نشان لایه (Marker bed) سازند های شمشک و بغمشاه را از یکدیگر جدا می نماید. در دامنه باختری کوه بیرنگ ، آهک تیپ بادامو توسط یک واحد تقریباً یکنواخت، با فرسودگی ملايم و به رنگ سبز کمرنگ از جنس شیل مارنی ادامه می یابد. در شکل (۳-۲) وضعیت زمین شناسی منطقه نشان داده شده است. بر اساس مطالعات ژئوشیمیابی این محدوده در محدوده آنومالی شماره (۴) قرار گرفته است.

طبق بررسی‌های صحرایی محدوده پیمایش R-3 به (۲) مسیر R-3a و R-3b تفکیک شد. جمعاً از محدوده پیمایش R-3، اقدام به برداشت ۱۳ نمونه شد. که فهرست این نمونه‌ها بهمراه موقعیت محل برداشت و نوع آنالیزهای انجام گرفته در جداول (۱۷-۳) و (۲۰-۳) آورده شده است. خاطر نشان می‌نماید که از این تعداد (۲) نمونه جهت مطالعه مقاطع میکروسکوپی، (۴) نمونه جهت آنالیز ICP، (۳) نمونه جهت جذب اتمی و (۲) نمونه جهت آنالیز اسپکتروفتومتری مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آنالیزهای صورت گرفته در جداول (۲۲-۳) تا (۲۴-۳) ارائه شده است.

R-3a مسیر پیماش ۱-۳-۱-۳

مسیر پیمایش R-3a بر روی آندزیت های پالتوژن قرار دارد، که نمونه های شماره SH-11x و SH-12 از بخش های کانی سازی اپیدوت، کلریت و اکسیدهای آهن برداشت شده اند (شکل ۳-۹). در این ناحیه کانی سازی مس مشکوک به بورنیت در زمینه سنگ مشاهده شد (شکل ۳-۱۲). لذا اقدام به برداشت دو نمونه گردید (نمونه شماره SH-13 و نمونه شماره SH-14). همچنین از واحد آندزیتی که دارای بلورهای پیروکسن و گارنت بود نمونه های شماره SH-15 و SH-16 برداشت شد شکل (۳-۱۳). لازم به ذکر است که در جدول (۳-۱۷) فهرست این نمونه ها بهمراه موقعیت محل برداشت و نوع آنالیزهای انجام گرفته آمده است.




جدول (۱۷-۳) : لیست اسامی نمونه های سنگی مسیر پیمایش R-3a

مختصات نمونه (UTM)		نوع آنالیز	نمونه	ردیف
Y	X			
3681022	618462	AAS	SH-11x	۱
3680545	617862	ICP	SH-12	۲
368860	617860	THIN	SH-13	۳
3680043	617940	AAS	SH-14	۴
3679954	618433	AAS	SH-15	۵
3680060	618887	THIN	SH-16	۶



شکل (۹-۳): رخمنون آندزیت های آلتره شده حاوی کانه زایی اپیدوت، کلریت و اکسیدهای آهن در شرق چاه کربلا بای رضا

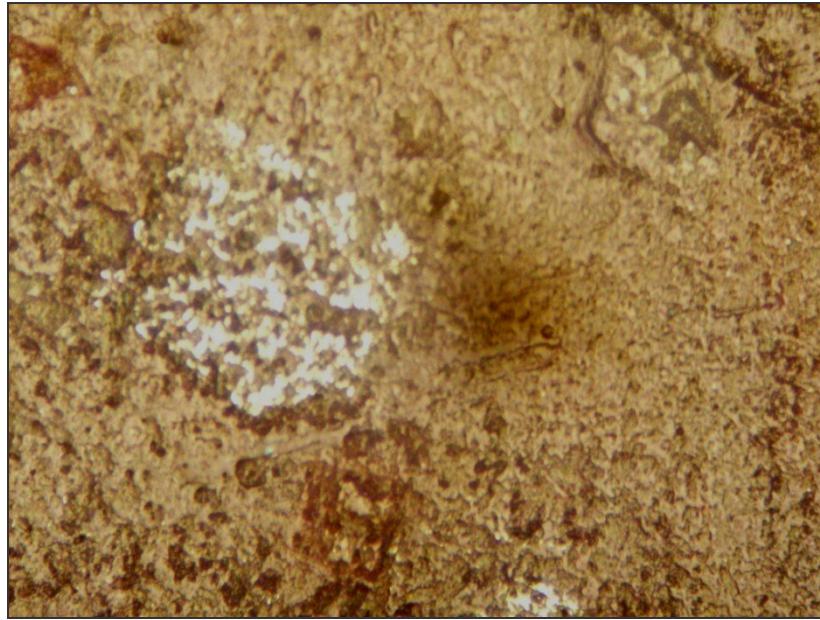

شکل (۱۰-۳): تصویر میکروسکوپی از مقطع نازک نمونه شماره SH-13

جدول (۱۸-۳) : مشخصات مقطع نازک نمونه شماره SH-13

ردیف	شماره مقطع	SH-13
۱	کانی‌های اصلی	پلاژیوکلاز در اندازه‌های درشت و ریز آلتره شده، هورنبلند در اندازه‌های بزرگ پسودومورف و ذرات ریز در زمینه، کانی‌های اوپک خیلی فراوان، قطعات سنگی در اندازه‌های بزرگ‌تر از ۲ میلیمتر، بیوتیت خیلی کم، فلدسپات پتاسیم در اندازه‌های کوچک و متوسط
۲	کانی‌های فرعی	-
۳	کانی‌های آلتراسیوفی	کائولن، سرسیت، کربنات، کلریت، کانی‌های اوپک
۴	بافت سنگ	پیروکلاستیک (pyroclastic)
۵	نام سنگ	آگلومرا (سنگ آذرآواری)



شکل (۱۱-۳) : تصویر میکروسکوپی از مقطع نازک نمونه شماره SH-16

جدول (۱۹-۳) : مشخصات مقطع نازک نمونه شماره SH-16

ردیف	شماره مقطع	SH-16
۱	کانی‌های اصلی	پلاژیوکلаз در اندازه فنوکریست و ریز در زمینه، فلدسپات پتاسیم(سانیدین)، کانی‌های اوپک، هورنبلند، هورنبلند بازالتی
۲	کانی‌های فرعی	اسfen (Sphene)
۳	کانی‌های آلتراسیونی	کربنات، کلریت، کائولن، سرسیت، کانی‌های اوپک، کانی‌های گروه اپیدوت
۴	بافت سنگ	پورفیری (Porphyry)، گلومرپورفیری (GlomeroPorphyry)
۵	نام سنگ	( Andesite) آندزیت



شکل (۱۲-۳): آندزیت های حاوی کانه زایی اکسیدهای آهن و کانه های مس به طور جزئی (شرق چاه کربلایی رضا)



شکل (۱۳-۳) : آندزیت های پیروکسن دار حاوی کانی های مس (شرق چاه کربلایی رضا).



### R-3b-۳-۲-۳-۱-۳ پیمایش مسیر

پیمایش R-3b بطور عمدۀ بر روی سنگ‌های آندزیت تا توف آندزیت انجام گردید. و آلتراسیون ضعیفی از نوع هماتیت در این رخنمون قابل مشاهده می‌باشد. که به تفکیک از واحد آندزیت‌ها اقدام به برداشت نمونه‌های شماره SH-109، SH-110 شد. در ادامه مسیر به یک واحد ماسه‌سنگی که در داخل آن، رگه‌هایی از جنس کوارتز ثانویه به همراه آثاری از لیمونیت برخورد شد و نمونه‌های شماره SH-111 و SH-112 از آن برداشت گردید. در ادامه مسیر از واحد آندزیتی نمونه‌های شماره SH-113 و SH-114 برداشت گردید. در انتهای مسیر یک واحد سنگ آهک دولومیتی خورده شده به موازات زون گسلی قابل مشاهده است که برای سنگ نما فاقد ارزش اقتصادی می‌باشد. با این حال برای سنگ لاسه می‌توان از آن استفاده نمود در جدول (۳-۲۰) فهرست و موقعیت محل برداشت نمونه‌های مسیر پیمایش R-3b بهمراه نوع آنالیز انجام گرفته بر روی آن‌ها درج شده است.

جدول (۳-۲۰): لیست اسامی نمونه‌های سنگی مسیر پیمایش R-3b

مختصات نمونه (UTM)		نوع آنالیز	نمونه	ردیف
Y	X			
3681463	618019	SPE	SH-109	۱
3681759	617913	ICP	SH-110	۲
3682019	617943	ICP	SH-111	۳
3681654	619451	THIN	SH-112	۴
3682460	621042	ICP	SH-113	۵
3682821	620626	SPE	SH-114	۶



شکل (۱۴-۳) : تصویر میکروسکوپی از مقطع نازک نمونه شماره SH-112

جدول (۲۱-۳) : مشخصات مقطع نازک نمونه شماره SH-112

ردیف	شماره مقطع	SH-112
۱	کانی‌های اصلی	کوارتز، فلدسپات، کانی‌های اوپک، مسکویت، سرسیت با سیمان سیلیسی
۲	کانی‌های فرعی یا سنگین	تورمالین (Tourmaline)
۳	کانی‌های آلتراسیونی	سرسیت، کائولن، کلریت، کانی‌های اوپک
۴	بافت سنگ	آواری
۵	نام سنگ	(Sandstone) ماسه‌سنگ

نتایج آنالیزهای مسیر پیمایش 3R به شرح ذیل می‌باشد (جدول ۲۲-۳ الی ۲۴-۳).



جدول (۲۲-۳) : نتیجه آنالیز ICP نمونه‌های مسیر پیماش R-3

Content Unit : ppm Au ( ppb )												
SAMPLE	Au	W	Sb	Bi	Ag	Al2O3%	As	Ba	Be	CaO%	Cd	Ce
SH-12	2.7	2.18	0.50	0.20	0.8	7.9	23.6	565	2.3	2.6	0.5	60.5
SH-110	2.6	0.62	0.65	0.20	0.7	10.9	4.8	263	1.1	7.0	0.8	28.3
SH-111	2.3	0.50	0.81	0.20	0.8	1.0	3.6	56	0.4	4.8	0.5	11.5
SH-113	3.3	0.50	0.57	0.20	0.8	4.6	57.0	90	1.3	15.3	0.6	29.4
SAMPLE	Co	Cr	Cu	Dy	Eu	Fe2O3%	Ga	Gd	Hf	K2O%	La	Zr
SH-12	5.5	13.8	0.2	4.7	1.5	4.7	24.7	3.8	11.1	3.81	24.0	389
SH-110	17.8	123.6	0.2	4.7	1.6	10.1	29.9	0.7	5.2	1.41	10.8	214
SH-111	3.2	116.5	0.2	2.0	1.0	4.0	7.5	0.1	0.1	0.02	2.4	31
SH-113	9.3	41.2	0.7	2.6	0.3	4.0	11.2	3.4	1.0	0.07	18.6	111
SAMPLE	Li	Mg	MgO%	Mn	Mo	Na2O%	Nb	Nd	Ni	Pb	Pr	S
SH-12	18.5	3644.68	0.36	353	2.0	3.23	15.2	40.0	0.5	14.7	4.6	204
SH-110	24.8	35061.4	3.51	832	0.1	2.43	32.4	32.2	6.2	2.5	10.5	289
SH-111	43.7	9798.67	0.98	875	2.8	0.09	1.9	19.3	8.2	0.5	4.1	248
SH-113	54.9	84818.3	8.48	1295	3.3	0.17	7.4	34.6	44.1	11.9	4.0	1956
SAMPLE	Sc	Sm	Sn	Sr	Ta	Ti	U	V	Y	Zn		
SH-12	4.7	4.8	11.2	244	4.2	3704	5.6	48.1	30.5	145		
SH-110	16.5	6.2	9.3	295	5.5	5858	1.3	189.3	23.3	179		
SH-111	2.9	0.9	0.1	39	1.0	305	1.0	17.9	14.2	136		
SH-113	3.6	0.8	6.1	351	0.4	1025	1.0	54.1	26.2	210		

جدول (۲۳-۳) : نتیجه آنالیز جذب اتمی نمونه‌های مسیر پیماش R-3

Content Unit : ppm Au ( ppb )										
SAMPLE	Ag	As	Cu	Mo	Pb	Sb	W	Zn	Au	Hg
SH-11x	0.1	4.3	25	0.10	6.5	2.5	1.5	82	2.2	0.05
SH-14	0.1	6.0	82	0.62	4.5	3.7	1.6	96	2.1	0.05
SH-15	0.1	32.0	23	1.30	14.4	2.4	2.5	81	1.8	0.05

جدول (۲۴-۳) : نتیجه آنالیز اسپکتروفوتومتری نمونه‌های مسیر پیماش R-3

SAMPLE	%SiO2	%Al2O3	%Fe2O3	%CaO	%MgO	%P2O5	%TiO2	%Na2O	%K2O	%MnO
SH-114	72.49	13.8	0.59	2.64	0.38	0.34	0.27	3.22	5	0.009
SH-109	53	17	9	8	4	1	1	3	2	0.17

با توجه به نتایج آنالیزها و بررسی صحرایی در محدوده فوق کانی‌سازی خاصی مشاهده نشد و فاقد ارزش اقتصادی می‌باشد.



### R-4-۱-۳ - محدوده پیمایش

محدوده پیمایش R-4، در مرکز نقشه ۱:۵۰،۰۰۰ راویج واقع شده است شکل (۱-۳). مختصات جغرافیایی محدوده پیمایش مذکور، دارای مختصات  $58^{\circ} 19' 41''$  تا  $58^{\circ} 23' 41''$  طول شرقی و  $32^{\circ} 22' 33''$  تا  $33^{\circ} 25' 07''$  عرض شمالی می‌باشد. راه دسترسی از طریق جاده سه قلعه به بیرجند (بعد از طی ۱۵ کیلومتر جاده آسفالت) بعد از عبور از چاه زرین، کوه سفید و چاه قربان است. مسیر این پیمایش در شکل (۱-۳) نشان داده شده است. لیتوژوژی عمده در این منطقه شامل:

سازند قلعه دختر ( $J_q^d$ ): در دامنه باختی ناویس کوه بیرگ بروند دارد و شامل حدود ۴۰۰ متر بیومیکرودایت بالایه بندی نازک و برنگ خاکستری روشن تا قهوه‌ای است که برخی میان لایه‌های مارنی به سن باتونین - کالووین آنها را همراهی می‌نماید. این واحد آهکی نازک لایه همراه با میان لایه‌های مارنی توسط یک واحد آهک ریفی بالایه بندی ضخیم تا توده ای برنگ خاکستری روشن ( $J_e$ ) پوشیده شده که در مقطع تیپ، با سازند اسفندیار از زمان تیتونین برابری دارد.

توف سبز ( $Pg^1$ ): توفهای سبز ترکیب داسیتی دارد و در زیر میکروسکوب بافت پورفیرو کلاستیک از خود نشان می‌دهد. در آنها فنوکلاست‌هایی با درصد حجمی ۴۰٪ - ۴۵٪ شامل بلور‌های پلاژیوکلاز، پیروکسن، بیوتیت است که در ماتریکسی از شیشه متبلور (۵۰٪ - ۵۵٪) جای گرفته اند. در سوی خاوری منطقه درست در جنوب خاوری برج سر گیلو، سریهای سبز به یک ردیف ستبر از مارن گچ دار سبز رنگ، ماسه سنگ بالایه بندی خوب و قرمز رنگ، گل سنگ و کنگلومرای ریزدانه ( $Pg^5$ ) تبدیل می‌شود. این واحد با واحد کنگلومرائی بالای خود ( $Pg^c$ ) همراه تدریجی نشان می‌دهد. در شکل (۲-۳) وضعیت زمین‌شناسی این منطقه نشان داده شده است. مطالعات ژئوشیمیایی انجام گرفته آنمالی خاصی را در محدوده نشان نمی‌دهد.

طبق بررسی‌های صحراوی، محدوده پیمایش R-4 به دو مسیر R-4a و R-4b تفکیک شد. جمعاً از محدوده پیمایش R-4، اقدام به برداشت ۱۶ نمونه شد که فهرست این نمونه‌ها بهمراه موقعیت محل برداشت و نوع آنالیزهای انجام گرفته در جداول (۲۵-۳) و (۲۸-۳) آورده شده است. خاطر نشان می‌نماید که از این تعداد (۲) نمونه جهت مطالعه مقاطع نازک میکروسکوپی، (۲) نمونه جهت آنالیز ICP، (۷) نمونه جهت جذب اتمی، (۱) نمونه جهت آنالیز اسپکتروفوتومتری، (۴)



نمونه جهت XRD و (۱) نمونه جهت تهیه بلوک ساختمانی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آنالیزهای صورت گرفته در جداول (۲۹-۳) تا (۳۱-۳) ارائه شده است.

#### R-4a-۱-۴-۱-۳-مسیر پیمایش


پیمایش R-4a بر روی توف تا توف آندزیت به همراه اکسیدهای آهن شامل لیمونیت و هماتیت صورت گرفت. همچنین آثاری از سیلیسی شدن در این واحد قابل مشاهده است. لذا اقدام به برداشت نمونه شماره SH-18 از این واحد گردید. در ادامه مسیر در داخل توف‌ها، کانی‌های اپیدوت، کلریت و گلوکونیت مشاهده گردید که اقدام به برداشت نمونه شماره SH-19 شد. در ادامه مسیر از سنگ آهک کربیستالیزه نمونه شماره SH-20 جهت ارسال به کارگاه تراش برداشت گردید (شکل ۱۵-۳). سپس از واحد سنگ آندزیت با بلورهای پراکنده پیروکسن این منطقه نیز نمونه‌های SH-21 و SH-22 برداشته شدند. این رخمنون واحد ماسه سنگی سازند شمشک را تحت تاثیر قرارداده و توانسته آن را دگرگون نماید. از مشخصات این ماسه سنگ بافت دانه شکری آن است و در بعضی از قسمت‌ها رگچه‌های کوارتز در داخل این ماسه سنگ دیده می‌شود. از این واحد نمونه شماره SH-23 برداشت شده است.

جدول (۲۵-۳): لیست اسامی نمونه‌های سنگی مسیر پیمایش R-4a

مختصات نمونه (UTM)		نوع آنالیز	نمونه	ردیف
Y	X			
3696095	624291	AAS	SH-18	۱
3695696	624190	XRD	SH-19	۲
3695560	624175	بلوک ساختمانی	SH-20	۳
3695043	623974	THIN	SH-21	۴
3695043	623974	AAS	SH-21X	۵
3694847	623975	XRD	SH-22	۶
3695757	624496	ICP	SH-23	۷
3700816	628176	THIN	SH-24	۸



شکل(۱۵-۳) : نمونه‌ای از واحد آهکی کرستالیزه در منطقه شمال شرق چاه قربان.

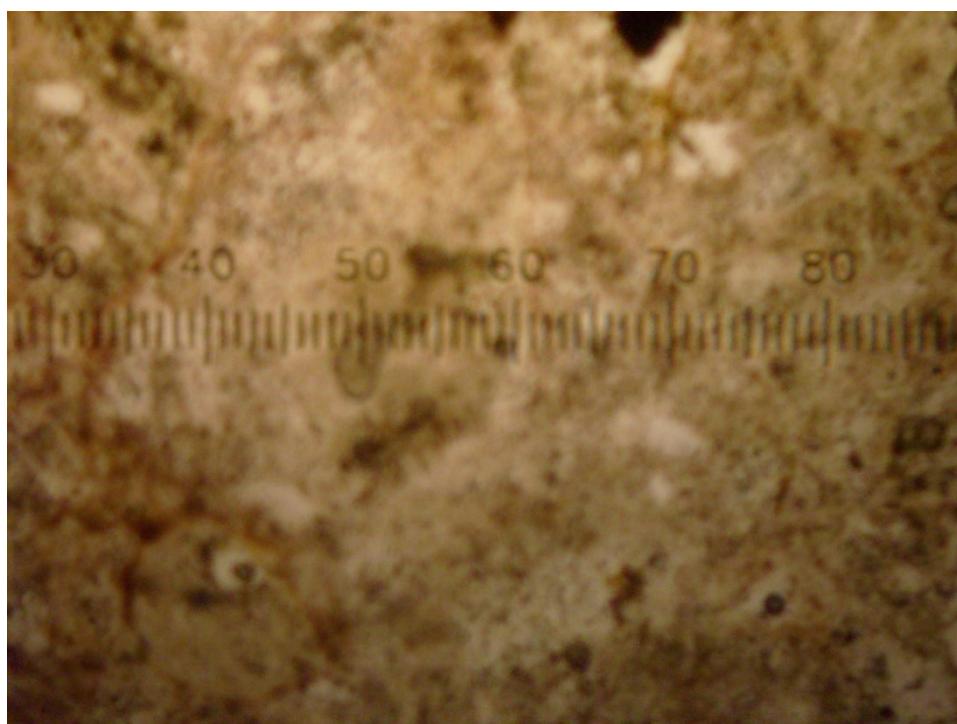

شکل (۱۶-۳) : تصویر میکروسکوپی از مقطع نازک نمونه شماره SH-21



جدول (۲۶-۳): مشخصات مقطع نازک نمونه شماره SH-21

ردیف	شماره مقطع	SH-21
۱	کانی‌های اصلی	کوارتز، پلاژیوکلاز، فلدسپات‌های پتاسیم، کانی‌های اوپک، قطعات سنگی مختلف
۲	کانی‌های فرعی	زیرکن (Zircon)
۳	کانی‌های آلتراسیونی	کربنات، کلریت، کانی‌های اوپک، کائولن
۴	بافت سنگ	پیروکلاستیک (Pyroclastic)
۵	نام سنگ	توف اسیدی



شکل (۱۷-۳) : تصویر میکروسکوپی از مقطع نازک نمونه شماره SH-24



جدول (۲۷-۳): مشخصات مقطع نازک نمونه شماره SH-24

ردیف	شماره مقطع	SH-24
۱	کانی‌های اصلی	پلایوکلاز در حد فنوکریست و فلدوپات پتاسیم(ساندیبن) در حد فنوکریست، کانی‌های فرومینیزین آلترا شده که قابل تشخیص نمی‌باشد، کانی‌های اوپک فراوان(تا حدی که سنگ تیره‌رنگ شده است)
۲	کانی‌های فرعی	-
۳	کانی‌های آلتراسیوفنی	کربنات، کاٹولن، کلربیت، کانی‌های فلزی، سرسیست
۴	بافت سنگ	بورفیری(Pilotaxity)، پیلوتاکسیتی
۵	فام سنگ	چون کانی‌های فرومینیزین آن کاملاً آلترا شده فقط می‌توان گفت که یک سنگ بیرونی حدواسط است(چون کوارتز ندارد یا خیلی کم دارد)

### R-4b-۱-۴-۲-مسیر پیمایش

آغاز مسیر پیمایش R-4b بر روی توف آندزیت‌های آلترا شده در حد آلتراسیون همایتی انجام گرفت و نمونه‌های شماره SH-115 و SH-116 از این واحد برداشت گردید. بعد از آن از یک واحد بنتونیتی نمونه شماره SH-117 انتخاب گردید. در ادامه مسیر به یک واحد ایگنمبیریت برخورد شد که در داخل آن کانی‌سازی از نوع کالکوپیریت بهمراه اکسید های آهن و منگنز قابل مشاهده می‌باشد لذا نمونه شماره SH-118 از داخل این کانی‌سازی برداشته شد. سپس در داخل واحد توف آندزیتی، دایکی رخمنون دارد که از آندزیت‌های پورفیری تشکیل شده و بهمراه کمی اکسیدهای آهن، منگنز و کالکوپیریت پر شده است نمونه‌های شماره SH-119، SH-120 و SH-121 از این واحد برداشته شد. در پایان این مسیر پیمایش، آثاری از آلتراسیون کلریتی مشهود بود که نمونه‌های شماره SH-122 و SH-123 از آن انتخاب شدند. فهرست نمونه‌های مسیر پیمایش R-4b بهمراه موقعیت محل برداشت و نوع آنالیزهای انجام گرفته در جدول (۲۸-۳) آورده شده است.



جدول (۳-۲۸): لیست اسامی نمونه‌های سنگی مسیر پیمایش R-4b

مختصات نمونه (UTM)		نوع آنالیز	نمونه	ردیف
Y	X			
3696918	624918	XRD	SH-115	۱
3694131	625110	AAS	SH-116	۲
3696845	626893	XRD	SH-117	۳
3696848	626956	AAS	SH-118	۴
3696637	627190	SPE	SH-119	۵
3696196	627196	ICP	SH-120	۶
3695937	626582	AAS	SH-121	۷
3695941	626239	AAS	SH-122	۸
3698379	627604	AAS	SH-123	۹

نتایج آنالیزهای نمونه‌های مسیر پیمایش کلی R-4 به شرح ذیل می‌باشد (جداول ۳-۲۹ تا ۳-۳۱).

جدول (۳-۲۹): نتیجه آنالیز ICP نمونه‌های مسیر پیمایش R-4

SAMPLE	Content Unit : ppm Au ( ppb )												
	Co	Cr	Cu	Dy	Eu	Fe2O3%	Ga	Gd	Hf	K2O%	La	S	
SH-23	1.9	2.43	0.50	0.20	0.8	3.9	9.0	408	1.5	2.3	0.4	29.1	
SH-120	2.2	0.50	0.88	0.20	0.8	4.6	12.2	168	0.7	1.6	0.4	23.7	
SAMPLE	Li	Mg	MgO%	Mn	Mo	Na2O%	Nb	Nd	Ni	Pb	Pr		
SH-23	39.6	553.693	0.06	266	3.1	1.94	10.6	16.8	25.5	13.1	1.7		
SH-120	48.1	6436.41	0.64	516	1.4	1.99	4.6	9.6	16.6	9.2	4.2		
SAMPLE	Sc	Sm	Sn	Sr	Ta	Ti	U	V	Y	Zn	Zr		
SH-23	1.5	0.1	7.8	82	1.0	1108	4.4	11.8	13.2	134	218		
SH-120	3.5	2.4	6.5	87	0.2	1854	1.0	34.6	6.5	149	99		

جدول (۳-۳۰): نتیجه آنالیز جذب اتمی نمونه‌های مسیر پیمایش R-4

SAMPLE	Content Unit : ppm Au ( ppb )										
	Ag	As	Cu	Mo	Pb	Sb	W	Zn	Au	Hg	
SH-18	0.1	1.2	108	0.79	2.3	3.6	1.5	155	2.9	0.08	
SH-21x	0.1	7.3	37	20.03	19.3	1.9	2.9	101	4.0	0.05	
SH-116	0.1	5.8	4	1.10	16.2	1.7	1.8	34	1.9	0.05	
SH-118	0.1	22.6	7	1.72	21.0	1.4	1.8	46	1.4	0.05	
SH-121	0.1	1.0	125	0.10	1.0	4.3	1.2	128	1.4	0.05	
SH-122	0.1	1.3	28	0.17	1.0	3.1	0.8	82	3.0	0.05	
SH-123	0.1	7.0	63	0.89	10.7	1.4	1.9	81	2.0	0.05	



جدول (۳-۱-۳): نتیجه آنالیز اسپکتروفوتومتری نمونه‌های مسیر پیماش R-4

SAMPLE	%SiO <sub>2</sub>	%Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%CaO	%MgO	%P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	%TiO <sub>2</sub>	%Na <sub>2</sub> O	%K <sub>2</sub> O	%MnO
SH-119	78	8.92	2.82	1.94	0.83	0.33	0.29	2.98	1.5	0.09

نتایج آنالیز حاکی از این است که غنی‌سازی فلزی خاصی در این مسیر پیماش صورت نگرفته است. با توجه به نتایج آنالیز XRD و مشاهدات صحراوی این محدوده جهت بنتونیت به عنوان اولویت درجه دو دارای پتانسیل می‌باشد. همچنین سنگ مرمریت سیلیسی موجود در این محدوده می‌تواند جهت استفاده به عنوان سنگ نما مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

#### ۴-۱-۳ - محدوده پیماش 5-R (شکسته سیخولی)


محدوده پیماش 5-R در غرب برگه ۱:۵۰،۰۰۰ راویج واقع شده است. مختصات جغرافیایی محدوده این پیماش "۱۶°۱۵' تا ۱۷°۲۳' طول شرقی و ۹°۳۱' تا ۱۸°۰۲' عرض شمالی می‌باشد. راه دسترسی از طریق جاده آسفالت سه قلعه به بیرجند، پس از طی ۱۵ کیلومتر از طریق جاده شوسه درجه سه، بعد از عبور از چاه زرین، چاه‌مزار، چاه‌قریان و کوه شکسته سیخولی است. مسیر این پیماش در شکل (۳-۱) نشان داده شده است. لیتو‌لوژی عمده در این منطقه شامل سازندهای زیر است که در شکل (۳-۲) نیز وضعیت زمین‌شناسی منطقه نشان داده شده است. سازند شمشک (Js)؛ از شیلهای یکنواخت و سیلتی - ماسه ای همراه با میان لایه هائی از ماسه سنگ پیدایش یافته است. کنگلومرای کرمان (Pgk)؛ این کنگلومرا با حدود ۱۰ - ۱۵ متر ستبر، دلیل بر وجود یک فاز فرسایشی در زمین های بلند پیرامون است، که طی زمان پالئوسن - ائوسن زیرین روی داده است. سنگ‌های شوشونیتی (Pgsh)؛ بهمراه دیگر سری سنگ‌های ولکانیکی بیرون زدگی ویژگی این سنگ‌ها بافت مگاپورفیریتیک با درشت بلورهای از پلازیوکلاز، پیروکسن واولیوین در زمینه ای ریز دانه از همین کانی‌هاست. طی مطالعات ژئوشیمیایی انجام گرفته در این منطقه آنومالی خاصی مشخص نشده است.

طبق بررسی‌های صحراوی محدوده پیماش 5-R به دو مسیر R-5a و R-5b تقسیم شد. جمعاً از محدوده پیماش 5-R، اقدام به برداشت ۱۵ نمونه شد. فهرست آنها بهمراه موقعیت محل برداشت و نوع آنالیزهای انجام گرفته در جداول

(۳۲-۳) و (۳۳-۳) آورده شده است. خاطر نشان می‌نماید که از این تعداد (۳) نمونه جهت مطالعه مقاطع میکروسکوپی، (۳) نمونه جهت آنالیز ICP، (۳) نمونه جهت آنالیز جذب اتمی، (۳) نمونه جهت آنالیز اسپکتروفتوometری، (۲) نمونه جهت (۱) نمونه جهت XRD مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آنالیزهای صورت گرفته در جداول (۳۷-۳) تا (۴۰-۳) ارائه شده است.

### R-5a-۱-۵-۱-۳-مسیر پیمایش

آغاز مسیر پیمایش R-5a، بر روی ماسه سنگ‌های ریزدانه با رگه‌هایی از سیلیس (سازند شمشک) که در داخل آن اکسیدهای آهن (لیمونیت و هماتیت) است، انجام شد (شکل ۱۸-۳). نمونه‌های شماره SH-25 و SH-26 از ماسه سنگ برداشته شدند و از رگه سیلیسی همراه با اکسیدهای آهن نمونه شماره SH-27 انتخاب شد (جدول ۳۲-۳).

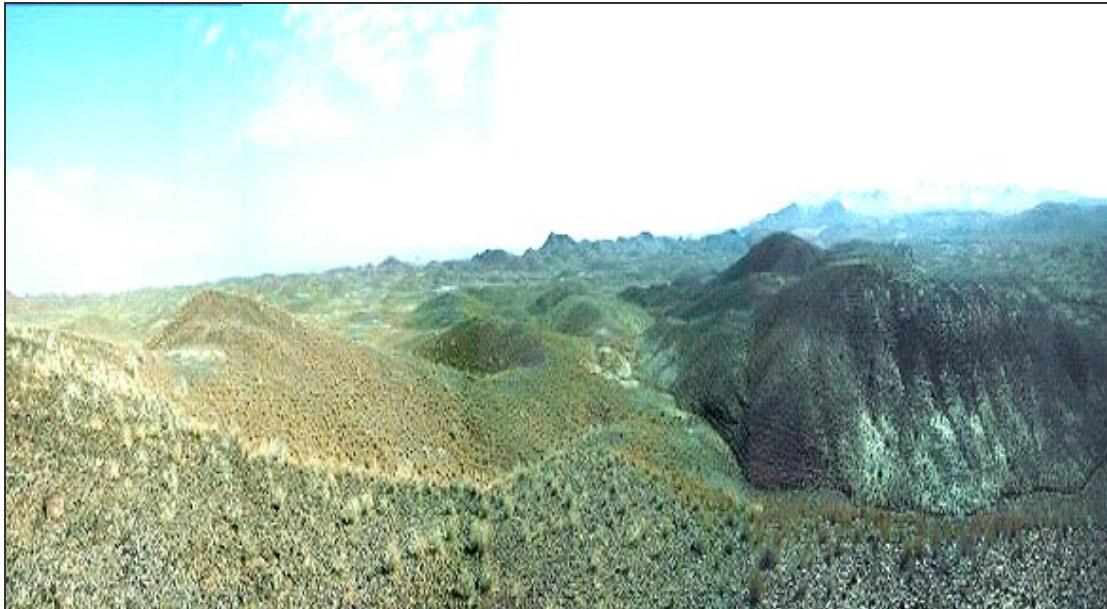

شکل (۱۸-۳) : واحدهای ماسه سنگ سیلتی سازند شمشک؛ شمال چاه سرمهبدعلی دید به سمت جنوب



جدول (۳۲-۳): لیست اسامی نمونه‌های سنگی مسیر پیمایش R-5a

مختصات نمونه (UTM)		نوع آنالیز	نمونه	ردیف
Y	X			
3688516	618148	SPE	SH-25	۱
3688200	618109	Fire Assay	SH-26	۲
3687514	618515	Fire Assay	SH-27	۳
3688549	618835	ICP	SH-28	۴

### R-5b-۲-۵-۱-۳ مسیر پیمایش

آغاز مسیر پیمایش R-5b، بر روی سنگ‌های توف آندزیتی است. این آندزیت‌ها دارای حفره‌هایی بودند که از سیلیس پر شده بودند. آثاری از آتراسیون لیمونیتی نیز در منطقه رویت شد که سرانجام اقدام به برداشت دو نمونه از این ناحیه شد؛ نمونه شماره SH-124 و نمونه شماره SH-125 XRD نتیجه آنالیز SH-124 حاکی از وجود کانی‌های موردنیت و بدليت است. در ادامه مسیر یک واحد سنگ آذرین در حد ریوداستیت که دارای مقدار کمی اکسید آهن بود که نمونه‌های شماره SH-126 و SH-127 از این واحد برداشته شدند. در نقطه ۳۶۹۱۲۲۱-۶۱۸۳۷۸ درون سازند شمشک یک واحد ماسه سنگی ریزدانه در حد آركوز است و در داخل آن رگچه‌هایی از جنس سیلیس با ضخامت ۱۰-۲۰ سانتی‌متر و مقداری از اکسید آهن مشهود است و نمونه شماره SH-128 و نمونه SH-129 از آن برداشته شدند. با ادامه مسیر پیمایش توف‌هایی که اصطلاحاً توف‌های جوش خورده (welded) است، رویت گردید و اقدام به برداشت نمونه‌های شماره SH-131 و SH-132 از این واحد توف جوش خورده شد.

در پایان مسیر پیمایش، واحد آندزیتی به همراه آتراسیون ضعیف بنتونیتی قابل مشاهده است لذا نمونه‌های شماره SH-133 و SH-134 از این رخمنون برداشت گردید. در جدول (۳۳-۳) فهرست نمونه‌ها بهمراه موقعیت محل برداشت و آنالیز انجام شده برروی آن‌ها ارائه شده است.



جدول (۳۳-۳): لیست اسامی نمونه‌های سنگی مسیر پیمایش R-5b

مختصات نمونه (UTM)		نوع آنالیز	نمونه	ردیف
Y	X			
3691953	618791	XRD	SH-124	۱
3691979	618595	AAS	SH-125	۲
3691756	618529	ICP	SH-126	۳
3691725	618326	THIN	SH-127	۴
3691086	618446	ICP	SH-128	۵
3690895	618577	THIN	SH-129	۶
3690785	618588	AAS	SH-130	۷
3690676	618565	SPE	SH-131	۸
3690443	618626	THIN	SH-132	۹
3689910	618570	SPE	SH-133	۱۰
3689880	618355	AAS	SH-134	۱۱




شکل (۱۹-۳): تصویر میکروسکوپی از مقطع نازک نمونه شماره SH-127



جدول (۳۴-۳): مشخصات مقطع نازک نمونه شماره SH-127

ردیف	شماره مقطع	SH-127
۱	کانی‌های اصلی	پلاژیوکلаз به صورت فنوکریست و در زمینه ریزدانه، کلینوپیروکسن و هورنبلند بازالتی آلتره شده همراه با بیوتیت، قطعات سنگی مختلف، بیوتیت
۲	کانی‌های فرعی	آپاتیت (Apatite)، زیرکن (Zircon)
۳	کانی‌های آلتراسیونی	بیوتیت، کلریت، سرسیت، کائولن، کانی‌های اوپک
۴	بافت سنگ	پیروکلاستیک (Pyroclastic)
۵	نام سنگ	توف آندزیتی

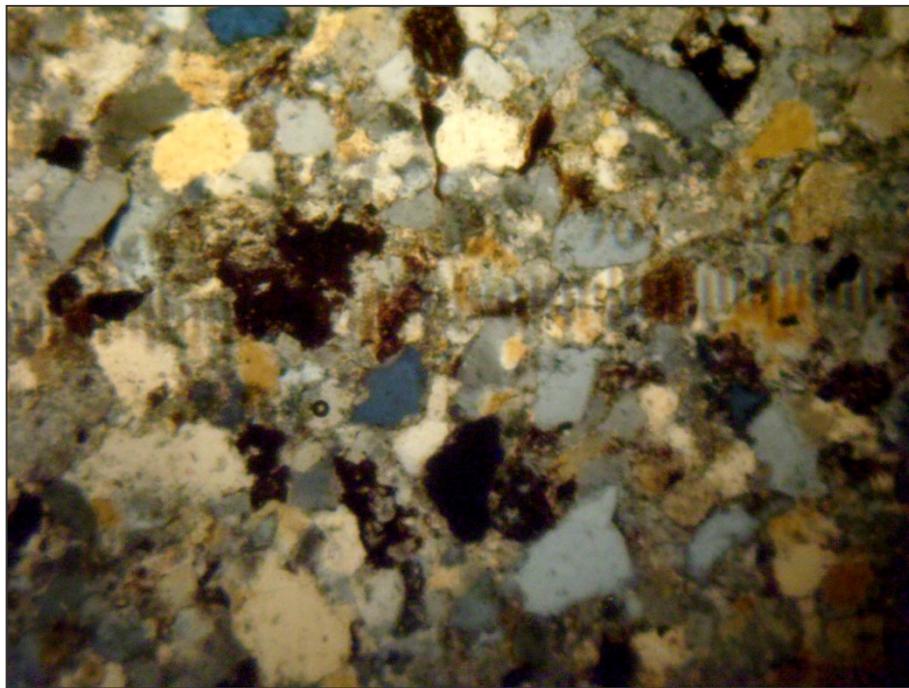

شکل (۲۰-۳) : تصویر میکروسکوپی از مقطع نازک نمونه شماره SH-129



جدول (۳۵-۳): مشخصات مقطع نازک نمونه شماره SH-129

ردیف	شماره مقطع	SH-129
۱	کانی‌های اصلی	کوارتز، پلازیوکلاز، قطعات سنگی مختلف، مسکوبیت، سیمان کربناتی، اکسیدهای مختلف آهن، بیوتیت
۲	کانی‌های فرعی	-
۳	کانی‌های آلتراسیونی	کلریت، کانی‌های اوپک، سرسیت، کائولن
۴	بافت سنگ	آواردی (Cataclasstic)
۵	نام سنگ	ماسه سنگ (Sandstone)



شکل (۲۱-۳): تصویری از مقطع نازک نمونه شماره SH-132



جدول (۳۶-۳): مشخصات مقطع نازک نمونه شماره SH-132

ردیف	شماره مقطع	SH-132
۱	کانی‌های اصلی	این نمونه به شدت آلترا شده و کانی‌های فرومیزین و فلدسپات‌ها دیده نمی‌شود و قسمت اعظم سنگ از کوارتز و چرت احتمالاً ثانویه با قطعات سنگی تشکیل شده است. بنابراین می‌توان گفت یک سنگ آذرین اسیدی احتمالاً توف اسیدی باشد.
۲	کانی‌های فرعی	-
۳	کانی‌های آلترا اسیدی	کائولن، کلریت، کانی‌های اوپک
۴	بافت سنگ	پیروکلاستیک (Pyroclastic)
۵	نام سنگ	احتمالاً توف اسیدی

نتایج آنالیزهای نمونه‌های مسیر پیماش R-5 به شرح ذیل می‌باشد (جدول ۳۷-۳ الی ۴۰-۳).

جدول (۳۷-۳): نتیجه آنالیز ICP نمونه‌های مسیر پیماش R-5

Content Unit : ppm Au ( ppb )											
SAMPLE	Au	W	Sb	Bi	Ag	Al2O3%	As	Ba	Be	CaO%	Cd
SH-28	2.4	0.50	0.65	0.20	0.8	5.6	8.0	121	0.7	1.8	0.5
SH-126	1.3	0.54	0.50	0.20	0.7	3.8	6.5	957	1.1	0.9	0.3
SH-128	2.4	0.50	0.65	0.20	0.7	0.4	7.4	31	0.3	2.2	0.4
SAMPLE	Co	Cr	Cu	Dy	Eu	Fe2O3%	Ga	Gd	Hf	K2O%	La
SH-28	8.4	136.2	0.2	3.1	0.3	4.9	13.6	0.3	2.3	0.34	10.4
SH-126	1.7	37.3	0.2	5.7	0.1	1.4	12.8	0.5	9.6	2.11	12.7
SH-128	3.4	51.9	0.2	2.2	0.1	2.5	6.4	0.1	1.2	0.01	0.7
SAMPLE	Li	Mg	MgO%	Mn	Mo	Na2O%	Nb	Nd	Ni	Pb	Pr
SH-28	41.2	17622.6	1.76	1261	1.0	1.78	10.0	15.0	68.1	17.9	5.0
SH-126	39.4	1108.32	0.11	164	2.4	1.40	4.5	24.7	0.5	5.1	1.3
SH-128	53.4	13409.9	1.34	674	1.6	0.04	0.5	3.5	2.5	9.3	2.5
SAMPLE	Sc	Sm	Sn	Sr	Ta	Ti	U	V	Y	Zn	Zr
SH-28	6.1	4.4	4.2	53	3.0	2153	1.0	58.8	10.6	160	84
SH-126	2.5	0.1	6.7	66	1.0	975	1.6	5.3	18.2	124	184
SH-128	1.1	0.1	0.5	43	1.0	66	1.0	7.1	2.4	146	21



جدول (۳۸-۳): نتیجه آنالیز جذب اتمی نمونه‌های مسیر پیمایش R-5

SAMPLE	Content Unit : ppm Au ( ppb )									
	Ag	As	Cu	Mo	Pb	Sb	W	Zn	Au	Hg
SH-125	0.1	26.5	38	2.69	25.0	1.8	2.4	62	2.0	0.05
SH-130	0.1	24.3	17	3.87	31.7	1.3	3.6	123	2.1	0.05
SH-134	0.1	49.5	150	0.60	8.2	1.9	1.8	72	2.2	0.05

جدول (۳۹-۳): نتیجه آنالیز Fire Assay نمونه‌های مسیر پیمایش R-5

SAMPLE	Au(pb)
SH-26	2.3
SH-27	3.4

جدول (۴۰-۳): نتیجه آنالیز اسپکتروفتومتری نمونه‌های مسیر پیمایش R-5

SAMPLE	%SiO <sub>2</sub>	%Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%CaO	%MgO	%P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	%TiO <sub>2</sub>	%Na <sub>2</sub> O	%K <sub>2</sub> O	%MnO
SH-25	80/8	7.73	2.37	1.1	0.7	0.47	0.26	2.81	0.95	0.035
SH-131	68	4.11	18.33	3.07	0.5	1.23	0.13	0.7	0.44	0.15
SH-133	59.2	10.5	1.47	4.04	1.88	0.39	0.16	7.3	0.24	0.047

در مسیر پیمایش 5-R (شکسته سیخولی) هیچ گونه آنومالی فلزی دیده نمی‌شود ولی با توجه به نتایج آنالیز نمونه SH-124 بدلیل وجود کانی‌های موردنیت و بیدلیت می‌تواند جهت خاک صنعتی پتانسیل داشته باشد.

### ۶-۱-۳- محدوده پیمایش R-6 (شکسته جمکرد)

محدوده پیمایش 6-R (شکسته جمکرد) در شمال برگه ۱:۵۰،۰۰۰ راویج واقع شده است و دارای مختصات جغرافیایی "۲۵° ۳۳' ۵۸" تا "۳۷° ۲۳' ۵۸" طول شرقی و "۳۶° ۲۹' ۲۸" تا "۳۳° ۱۴' ۰۰" عرض شمالی می‌باشد. راه دسترسی از طریق جاده خاکی جنوب شهر سه قلعه به سمت راویج و سپس شکسته جمکرد و از آنجا به محدوده مورد نظر است. محدوده این پیمایش در شکل (۱-۳) نشان داده شده است. لیتوژوئی عمده در این منطقه شامل جریان‌های داسیتی تاریوداسیتی از تیپ ایگنیمبریتی (Pg<sup>d</sup>) است. این واحد بیشتر در سوی خاوری کوه بیرگ، بخش شمال باختری منطقه دیده شده است، جنوب دغ کجون و شمال باختری چاه حسین بیرون زدگی دارد. این واحد شامل سنگهای توده ای تا لایه دار برنگ سفید تا صورتی است، که با ایگنیمبریت و توف‌های جوش خورده زیرین خود تغییرات جانبی نشان می‌دهد. ویژگی سنگ‌های تیپ توده ای بافت فلسووفیریک آنهاست، که در آن درشت بلورهای کوارتز، پلاژیو کلاز

معاونت اکتشاف - مدیریت امور اکتشاف

۶۰



(اولیگوکلاز – آندزین)، مقداری فلدسپات پتاسیک و بیوتیت در زمینه ای ریزدانه از کوارتز و فلدسپات جای گرفته است. در شکل (۲-۳) وضعیت زمین‌شناسی نشان داده شده است. طی مطالعات ژئوشیمیایی انجام گرفته در این منطقه آنومالی خاصی مشخص نشده است.

طی بررسی‌های صحرایی، محدوده پیمایش R-6 به دو مسیر R-6a و R-6b تفکیک شد. جماعت از مسیر پیمایش R-6 اقدام به برداشت (۶) نمونه گردید که فهرست این نمونه‌ها بهمراه موقعیت محل برداشت و نوع آنالیزهای انجام گرفته در جداول (۴۱-۳) و (۴۳-۳) آورده شده است. خاطر نشان می‌نماید که از این تعداد (۱) نمونه جهت مطالعه مقاطع میکروسکوبی، (۲) نمونه جهت آنالیز ICP، (۱) نمونه جهت آنالیز جذب اتمی، (۲) نمونه جهت آنالیز Fire Assay و (۱) نمونه جهت XRD مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آنالیزهای صورت گرفته در جداول (۴۴-۳) تا (۴۶-۳) ارائه شده است.

### R-6-۱-۶-۱-۳-مسیر پیمایش R-6a


در این مسیر برونزدی از یک توده ولکانیکی به رنگ صورتی (آندزیت) (شکل ۲۲-۳) که حاوی رگچه‌هایی از سیلیس به صورت شکاف پرکن، رویت شد که در بعضی از قسمت‌ها کمی اکسیدهای آهن نیز دیده می‌شود و نمونه‌های SH-29 و SH-30 از آن برداشت شدند (شکل ۲۲-۳). در جدول (۴۱-۳) فهرست نمونه‌های مسیر پیمایش R-6a بهمراه موقعیت محل برداشت و آنالیزهای انجام شده ارائه شده است.

جدول (۴۱-۳): لیست اسامی نمونه‌های سنگی مسیر پیمایش R-6a

مختصات نمونه (UTM)		نوع آنالیز	نمونه	ردیف
Y	X			
3704872	630630	THIN	SH-29	۱
3705060	630608	ICP	SH-30	۲



شکل (۲۲-۳) : توف آندزیتی حاوی کانه‌زائی اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن و کلریت و اپیدوت به صورت پراکنده. (دید به سمت شرق).

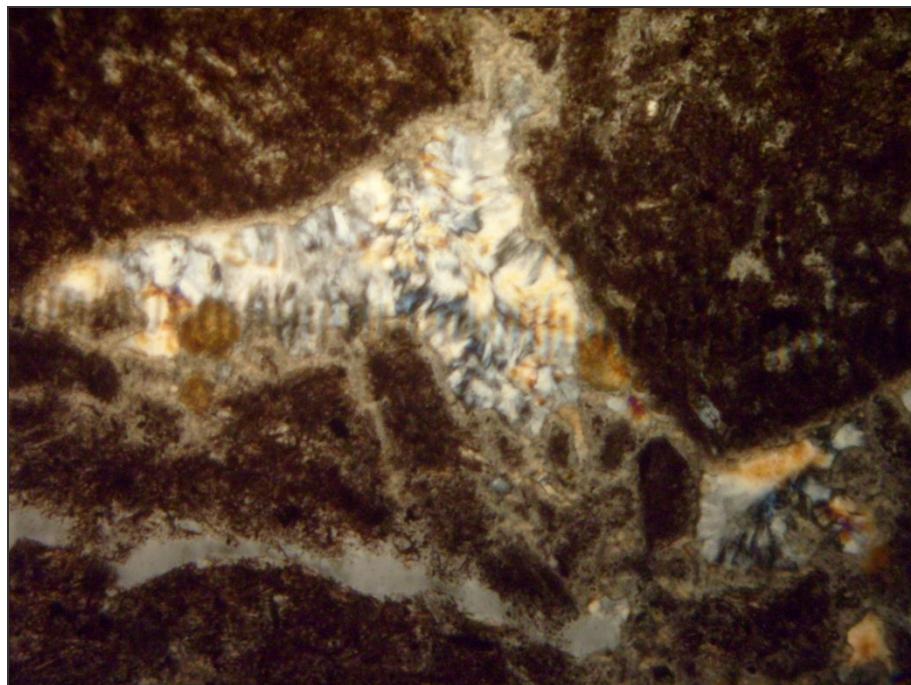

شکل (۲۳-۳) : تصویر میکروسکوپی از مقطع نازک نمونه شماره SH-29



جدول (۴۲-۳): تصویری از مقطع نازک نمونه شماره SH-29

ردیف	شماره مقطع	SH-29
۱	کانی‌های اصلی	فلدسبات(هم پلازیوکلаз و هم فلدسبات پتاسیم) که به صورت ریزدانه و متوسط دیده می‌شود، کانی‌های فرومینیزین کاملاً آلترا شده که قابل تشخیص نمی‌باشد، حفرات سنگ که نسبتاً فراوان است از کوارتز، کلسدونی و اوپال پر شده است، کانی‌های فلزی مخصوصاً هماتیت
۲	کانی‌های فرعی	کوارتز، کلسدونی، اوپال
۳	کانی‌های آلتراسیونی	کوارتز، کلسدونی، اوپال، کانی‌های اوپک، کلریت
۴	بافت سنگ	(Porphyroblastic)، پیروکلاستیک (Pyroclastic)، پورفیری (Porphyry)
۵	نام سنگ	به دلیل آلتراسیون بالا قابل تشخیص نیست اما احتماً سنگ توف حدوات است می‌باشد.

### R-6b-۱-۶-۲-مسیر پیمایش

طی مسیر پیمایش رخنمونی از توف آندزیتی آلترا شده در حد بتنونیت قابل رویت است لذا نمونه شماره SH-135 جهت آنالیز XRD از این رخنمون برداشت گردید. نتیجه آنالیز XRD حاکی از وجود کانی‌های گچ و کوارتز می‌باشد طی ادامه مسیر رگه‌ای از جنس سیلیس به همراه آثاری از آلتراسیون هماتیتی مشاهده گردید، لذا اقدام به برداشت نمونه‌های SH-136 و SH-137x و SH-137 شد. همچنین از سنگ‌های آذرین پیروکسنیتی حاوی رگه‌های سیلیس اقدام به برداشت نمونه شماره SH-204x شد. فهرست نمونه‌های مسیر پیمایش R-6b بهمراه موقعیت محل برداشت و نوع آنالیزهای انجام گرفته در جدول (۴۳-۳) آورده شده است.

جدول (۴۳-۳): لیست اسامی نمونه‌های سنگی مسیر پیمایش R-6b

ردیف	نمونه	نوع آنالیز	مختصات نمونه (UTM)	
			Y	X
۱	SH-135	XRD	3704512	630798
۲	SH-136	ICP	3704600	630897
۳	SH-137	Fire Assay	3704671	630962
۴	SH-137X	AAS	3704671	630962
۵	SH-204x	Fire Assay	3704671	630827



نتایج آنالیزهای مربوط به نمونه‌های مسیر پیمایش R-6 به شرح ذیل است (جدول ۳-۴۴-۳).

جدول (۳-۴۴): نتیجه آنالیز ICP نمونه‌های محدوده پیمایش R-6

Content Unit : ppm Au ( ppb )											
SAMPLE	Au	W	Sb	Bi	Ag	Al2O3%	As	Ba	Be	CaO%	Cd
30	1.9	0.87	0.50	0.20	0.8	8.6	20.9	406	1.9	2.8	0.5
136	2.0	55.0	1.12	0.20	0.9	1.3	86.8	10365	1.9	1.4	0.5
SAMPLE	Co	Cr	Cu	Dy	Eu	Fe2O3%	Ga	Gd	Hf	K2O%	La
30	6.7	18.2	0.2	3.5	0.7	5.2	26.1	1.5	6.7	2.10	16.6
136	12.0	83.8	0.2	9.4	1.1	5.7	0.1	0.1	41.3	0.20	0.5
SAMPLE	Li	Mg	MgO%	Mn	Mo	Na2O%	Nb	Nd	Ni	Pb	Pr
30	3.7	2558.46	0.26	276	0.8	3.03	16.4	28.4	0.5	13.2	5.2
136	7.7	1651.58	0.17	32788	27.6	0.30	55.9	9.0	17.7	10.2	5.7
SAMPLE	Sc	Sm	Sn	Sr	Ta	Ti	U	V	Y	Zn	Zr
30	5.1	3.9	4.6	268	2.4	3670	1.0	74.3	20.4	148	276
136	0.8	0.1	3.1	778	22.9	314	1.0	366.5	4.8	156	12

جدول (۳-۴۵): نتیجه آنالیز جذب اتمی نمونه‌های محدوده پیمایش R-6

Content Unit : ppm Au ( ppb )										
SAMPLE	Ag	As	Cu	Mo	Pb	Sb	W	Zn	Au	Hg
137x	0.1	7.0	16	1.00	13.0	1.9	2.9	61	1.7	0.06

جدول (۳-۴۶): نتیجه آنالیز Fire Assay و اسپکتروفوتومتری نمونه‌های محدوده پیمایش R-6

SAMPLE	Au(ppb)
137	2
204x1	32

با توجه به نتایج آنالیز این محدوده فاقد پتانسیل کانی سازی فلزی می باشد. همچنین با توجه به مشاهدات صحرابی و وسعت کم محدوده گچ دار جهت خاک صنعتی نیز پتانسیل لازم را ندارد.



### R-7-۱-۳ - محدوده پیمایش 7

محدوده پیمایش 7 R در شمال غرب نقشه ۵۰،۰۰۰:۱ راویج واقع شده و دارای مختصات "۱۶° ۵۸' تا "۱۸° ۵۸' طول شرقی و "۲۸° ۲۵' ۳۳" عرض شمالی می‌باشد. راه دسترسی از طریق جاده شوسه درجه سه در جنوب شهر سه قلعه به طرف چاه گازی و از آنجا به سمت کوه قله یوزی است. مسیر این پیمایش در شکل (۱-۳) نشان داده شده است. لیتوژوئی عمدت در این منطقه سازند شمشک (Js) که با روند شمال خاوری – جنوب باختری پیرامون دغ رباط بیرون زدگی دارد و از شیلهای یکنواخت و سیلتی – ماسه‌ای همراه با میان لایه‌های از ماسه سنگ تشکیل شده است. همچنین توف‌های سبز و جریان‌های گدازه با ترکیب شوشونیتی ( $Pg^{sh}$ ) در این محدوده دیده می‌شود.

در بررسی‌های صحرایی محدوده پیمایش 7 R به دو مسیر R-7a و R-7b تفکیک شد. جمعاً از مسیر پیمایش 7، اقدام به برداشت ۱۰ نمونه گردید که فهرست این نمونه‌ها بهمراه موقعیت محل برداشت و نوع آنالیزهای انجام گرفته در جداول (۴۷-۳) و (۴۸-۳) آورده شده است. خاطر نشان می‌نماید که از این تعداد (۱) نمونه جهت مطالعه مقاطع میکروسکوپی، (۳) نمونه جهت آنالیز ICP، (۳) نمونه جهت آنالیز جذب اتمی، (۱) نمونه جهت آنالیز اسپکتروفتومتری و (۱) نمونه جهت XRD مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آنالیزهای صورت گرفته در جداول (۵۰-۳) تا (۵۲-۳) ارائه شده است.

### R-7-۱-۴-۱- مسیر پیمایش 7a

آغاز مسیر پیمایش بر روی توف آندزیت‌هایی که حاوی اکسیدهای آهن، کلریت و اپیدوت می‌باشد و نمونه شماره SH-31 برداشت شده است. در غرب محدوده قله یوزی به یک واحد آندزیت پیروکسن‌دار رسیده که در داخل آن اکسیدهای آهن دیده می‌شود و نمونه شماره SH-32 از این واحد انتخاب شد. در ادامه مسیر توف آندزیت‌هایی با روند شمالی-جنوبی در امتداد قله یوزی دیده می‌شود که دارای آتراسیون کلریتی می‌باشد و نمونه‌های شماره SH-33 و SH-34 از این ناحیه برداشت شده است (شکل ۲۴-۳).

در غرب چاه نمکزار معدن بنتونیتی است که در شکل (۲۵-۳) نمایی از آن نشان داده شده است و اقدام به برداشت نمونه شماره SH-35 XRD نموده شماره SH-35 حاکی از کانی بدليت می‌باشد



فهرست نمونه‌های مسیر پیمایش R-7a ، بهمراه موقعیت محل برداشت و نوع آنالیزهای انجام گرفته در جدول (۴۷-۳) ارائه شده است.

جدول (۴۷-۳): لیست اسامی نمونه‌های سنگی مسیر پیمایش R-7a

مختصات نمونه (UTM)		نوع آنالیز	نمونه	ردیف
Y	X			
3706116	619841	SPE	SH-31	۱
3706328	620332	AAS	SH-32	۲
3705705	620173	ICP	SH-33	۳
3699674	619166	ICP	SH-34	۴
3698990	618692	XRD	SH-35	۵



شکل (۲۴-۳) : واحدهای آندزیتی دارای بافت پورفیری حاوی بلورهای پیروکسن غرب چاه نمکزار(دید به سمت شرق)



شکل (۲۵-۳) : نمایی از معدن خاک صنعتی (بنتونیت) غرب چاهنمکزار (دید به سمت جنوب غرب)


### R-7b-۱-۷-۲-مسیر پیمایش

سنگ شناسی منطقه شامل آندزیت تا توف آندزیت می‌باشد. با ادامه مسیر، طی مسیر پیمایش یک واحد ماسه سنگی به شدت خرد شده بهمراه آثاری از التراسیون‌های هماتیتی و لیمونیتی دیده می‌شود لذا نمونه شماره SH-138 از این رخنمون برداشت گردید. در ادامه مسیر پیمایش از واحد آندزیت حفره دار که از سیلیس پر شده است و دارای التراسیون کلریت می‌باشد، نمونه‌های شماره SH-139 و SH-140 برداشت شد. نتیجه XRD نمونه شماره SH-140 حاکی از کانی‌های گچ و باسانیت می‌باشد. همچنین در ادامه در داخل آندزیت‌ها رگچه‌هایی از جنس کوارتز به همراه اکسید آهن و منگنز رویت گردید و اقدام به برداشت نمونه شماره SH-141 شد و نمونه شماره SH-142 از داسیت که در آندزیت‌ها نفوذ نموده برداشت گردید. فهرست نمونه‌های مسیر پیمایش R-7b، بهمراه موقعیت محل برداشت و نوع آنالیزهای انجام گرفته در جدول (۴۸-۳) ارائه شده است.



جدول (۳-۴۸): لیست اسامی نمونه‌های سنگی مسیر پیمایش R-7b

مخاتلات نمونه (UTM)		نوع آنالیز	نمونه	ردیف
Y	X			
3705871	619134	AAS	SH-138	۱
3706268	617849	ICP	SH-139	۲
3706741	617987	XRD	SH-140	۳
3706718	617448	AAS	SH-141	۴
37055251	618377	THIN	SH-142	۵

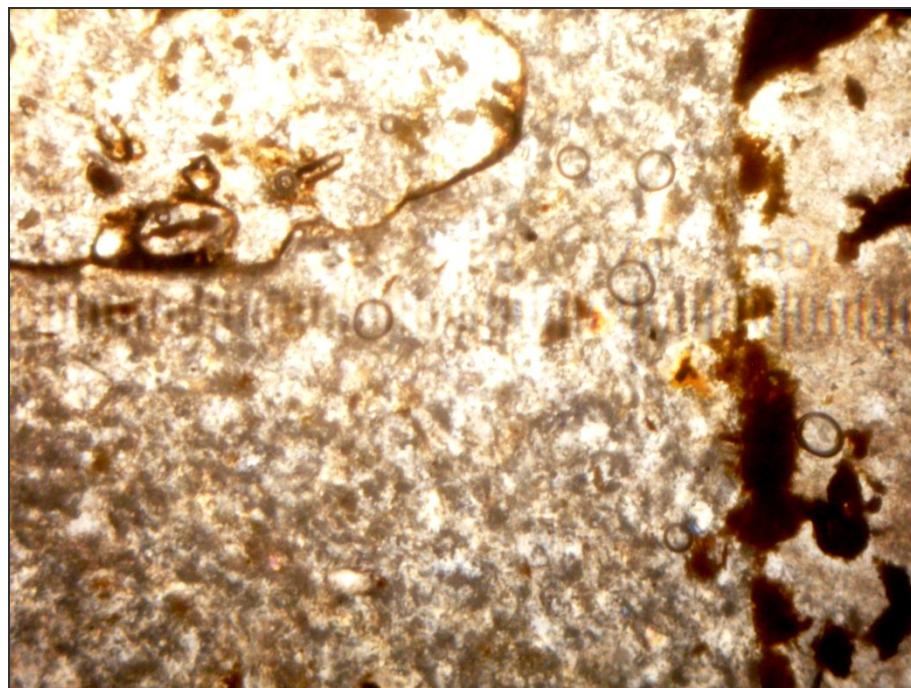

شکل (۳-۲۶): تصویر میکروسکوپی از مقطع نازک نمونه شماره SH-142



جدول (۳-۴۹): مشخصات مقطع نازک نمونه شماره SH-142

ردیف	شماره مقطع	SH-142
۱	کانی‌های اصلی	چون خیلی آلترا شده است فقط قطعات سنگی در آن مشاهده می‌شود، کانی‌های اوپک
۲	کانی‌های فرعی	-
۳	کانی‌های آلتراسیونی	کربنات، کانی‌های گروه اپیدوت، کلریت، سیلیس، کانی‌های اوپک
۴	بافت سنگ	پیروکلاستیک (Pyroclastic)
۵	نام سنگ	توف اسیدی (Acidic Tuff)

جدول (۳-۵۰): نتیجه آنالیز ICP نمونه‌های مسیر پیماش R-7

SAMPLE	Content Unit : ppm Au ( ppb )										
	Au	W	Sb	Bi	Ag	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> %	As	Ba	Be	CaO%	Cd
SH-33	1.4	0.63	1916	0.20	5.5	6.1	53.6	6580	1.8	15.1	1.4
SH-34	1.2	1.61	0.50	0.20	0.8	5.2	1.3	372	1.8	2.1	0.5
SH-139	1.5	3.74	0.65	0.20	0.7	8.5	11.9	248	1.5	7.7	0.8
SAMPLE	Co	Cr	Cu	Dy	Eu	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> %	Ga	Gd	Hf	K <sub>2</sub> O%	La
SH-33	6.8	83.1	1123.5	4.1	0.2	4.2	27.3	2.2	28.5	2.89	19.2
SH-34	4.8	21.0	0.2	2.5	0.2	3.4	26.1	4.4	5.0	2.87	11.5
SH-139	12.4	86.0	0.2	4.5	0.9	7.8	26.0	0.1	5.4	1.53	10.4
SAMPLE	Li	Mg	MgO%	Mn	Mo	Na <sub>2</sub> O%	Nb	Nd	Ni	Pb	Pr
SH-33	47.5	20271.7	2.03	684	108.7	0.85	15.3	23.8	17.3	72057	4.2
SH-34	29.7	1552.73	0.16	377	2.4	2.71	10.0	12.2	0.5	47.6	3.3
SH-139	7.2	4292.61	0.43	701	1.8	2.03	24.8	25.1	9.1	5.3	8.2
SAMPLE	Sc	Sm	Sn	Sr	Ta	Ti	U	V	Y	Zn	Zr
SH-33	6.2	3.1	7.4	1069	1.0	2173	1.0	80.6	17.7	81491	177
SH-34	1.9	0.5	5.3	152	0.4	2484	1.0	27.9	8.5	225	128
SH-139	11.2	3.4	2.7	252	3.3	5277	1.7	137.0	17.7	155	208



جدول (۵۱-۳): نتیجه آنالیز جذب اتمی نمونه‌های مسیر پیمایش R-7

SAMPLE	Content Unit : ppm Au ( ppb )									
	Ag	As	Cu	Mo	Pb	Sb	W	Zn	Au	Hg
SH-32	0.1	7.1	62	0.43	11.3	2.7	1.4	84	2.1	0.05
SH-138	0.1	16.3	20	1.88	8.9	2.5	6.0	63	1.3	0.06
SH-141	0.1	1.7	26	0.55	1.0	0.2	0.8	88	2.0	0.05

جدول (۵۲-۳): نتیجه آنالیز اسپکتروفوتومتری نمونه‌های مسیر پیمایش R-7

SAMPLE	%SiO <sub>2</sub>	%Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%CaO	%MgO	%P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	%TiO <sub>2</sub>	%Na <sub>2</sub> O	%K <sub>2</sub> O	%MnO
SH-31	52.8	16.5	6.9	7	3.07	0.6	0.96	3.2	2	0.116

بر اساس مشاهدات صحرایی و نتایج آنالیز XRD SH-35 برای نمونه شماره 35 این محدوده جهت بنتونیت پتانسیل داشته و نیاز به بررسی بیشتر دارد همچنین با توجه به نتایج آنالیز نمونه شماره 33 SH-33 این محدوده نسبت به عناصر مس عنوان یک منطقه امیدبخش جهت مطالعات تکمیلی معرفی می‌گردد. لذا به آنتیموان (۱۹۱۶ ppm) و روی (۸۱۴۹۱ ppm) غنی شدگی نشان می‌دهد. لذا به سرب (۷۲۰.۵۷ ppm) و (۱۱۲۳ ppm) عنوان یک منطقه امیدبخش جهت مطالعات تکمیلی معرفی می‌گردد.



### ۳-۲-۳- بررسی نواحی امیدبخش و مشکوک به کانی‌سازی در ورقه ۱:۵۰،۰۰۰ رباط مورشك

چهار گوش ۱:۵۰،۰۰۰ نقشه توپوگرافی رباط مورشك بین  $30^{\circ}$  طول شرقی و  $33^{\circ}$  عرض شمالی در استان خراسان جنوبی قرار دارد.

در طی عملیات صحراوی مسیرهای پیمایش طراحی شده مورد بازدید قرار گرفته و مجموعاً جهت انجام فاز مطالعاتی از برگه ۱:۵۰،۰۰۰ تعداد ۲۲ نمونه برداشت شد. فهرست و موقعیت محل برداشت این نمونه‌ها در پیوست شماره یک این گزارش ارائه شده است. از این تعداد، ۴ نمونه برای آنالیز جذب اتمی، ۸ نمونه برای آنالیز اسپکتروفتومتری، ۵ نمونه برای آنالیز ICP، ۴ نمونه برای Fire Assay، ۱ نمونه جهت مطالعه مقاطع نازک و صیقلی و ۳ نمونه برای XRD برداشت شده است. نتایج آنالیزها در پیوست شماره سه این گزارش ارائه شده است.



### B-1-۲-۳ - مسیر پیمایش 1

مسیر پیمایش 1 در جنوب برگه ۱:۵۰،۰۰۰ رباط مورشك واقع شده است. نقطه شروع پیمایش دارای مختصات  $4^{\circ} 58' 58''$  طول شرقی و  $33^{\circ} 16' 23''$  عرض شمالی می‌باشد. راه دسترسی از طریق جاده سه قلعه، چاه‌کازه، دق خدا آفریز به چاه حسینا است. مسیر این پیمایش در شکل (۲۷-۳) نشان داده شده است. لیتولوژی عمده در این منطقه شامل: آندزیت پیروکسن دار (Ng<sup>P</sup>ya)، توف سبز (Pgt)، بازالت الکالن یا آندزیت بازالنی اولیوین و پیروکسن دار (Ng<sup>O</sup>ba) کنگلومرا ای تیپ (Pg<sup>C</sup>) شامل تکه‌های ماسه‌سنگ، سنگ‌های ولکانیکی، اورتوکوارتزیت، شیل و سینیت دگرگونه است که در ماتریکسی آهکی جای گرفته است. همانگونه که در نقشه نشان داده شده، سیل (Sill) با ترکیب داسیتی و ضخامت ۱۰ متر (Pg<sup>P</sup>) در واحد Pg جایگیر شده است. در شکل (۲۸-۳) وضعیت زمین‌شناسی عمومی منطقه نشان داده شده است.

طبق مطالعات ژئوشیمیایی انجام شده، این مسیر پیمایش منطبق بر آنومالی ژئوشیمیایی شماره سه می‌باشد. طبق بررسی‌های صحراوی از مسیر پیمایش 1-۱، اقدام به برداشت (۶) نمونه شد. فهرست این نمونه‌ها بهمراه موقعیت محل برداشت و نوع آنالیزهای انجام گرفته در جدول (۵۳-۳) آورده شده است. از این تعداد (۳) نمونه جهت آنالیز ICP، (۱) نمونه جهت آنالیز جذب اتمی و (۲) نمونه جهت آنالیز Fire Assay مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آنالیزهای صورت گرفته در جداول (۵۴-۳) تا (۵۶-۳) ارائه شده است.

این مسیر پیمایش بر روی ماسه سنگ سازند شمشک انجام گرفت که در داخل آن قطعاتی از جنس سیلیس دیده می‌شود ولی فاقد کانی‌سازی با ارزش می‌باشد. در بعضی از نقاط بر روی سازند شمشک یک واحد توف قرار گرفته است (شکل ۱-۲۹). در ادامه مسیر به کنده‌کاری شدادی رسیده که از این کنده‌کاری نمونه شماره SH-250 و SH-251 برداشته شده است. در محدوده مورد نظر اکسیدهای آهن (بیشتر در حد گوتیت و لیمونیت) دیده می‌شود. خاطر نشان می‌نماید که کنده‌کاری‌های قدیمی منطبق با گسلی که امتداد آن S50E است و دارای گسترش طولی حدود ۱۰۰ متر است. تعداد (۵) عدد چاه و کنده‌کاری بر روی این گسل دیده می‌شود. کانی‌سازی بیشتر به صورت اکسیدی است که از این کنده‌کاری‌ها نمونه برداری انجام گرفت (نمونه‌های شماره SH-252، SH-254، SH-252 و SH-293).



شکل (۳-۲۹): کنده کاری در محل چاه نقره (دید به سمت جنوب شرق)

جدول (۳-۵۳) : لیست اسامی نمونه های سنگی مسیر پیمایش B-1

مختصات نمونه (UTM)		نوع آنالیز	شماره نمونه	ردیف
Y	X			
3682168	601940	Fire Assay	SH-250	۱
3682170	601943	ICP	SH-251	۲
3682104	601959	ICP	SH-252	۳
3682028	601977	ICP	SH-253	۴
3679202	603431	AAS	SH-254	۵
3681974	601819	Fire-Assay	SH-293	۷



گزارش نهایی کنترل و بررسی نواحی امیدبخش در ورقه ۱:۱۰۰،۰۰۰ شارفچ  
فصل سوم: بررسی نواحی امید بخش و مشکوک به کانی سازی

جدول (۳-۵۴) : نتیجه آنالیز ICP نمونه های مسیر پیمایش 1-B

SAMPLE	Au	W	Sb	Bi	Ag	Al2O3%	As	Ba	Be	CaO%	Cd
	Content Unit : ppm Au ( ppb )										
251	6.2	0.50	31.7	0.52	2.9	0.2	14.7	3633	0.1	40.4	30.5
252	44.0	0.50	235	1.48	16.5	12.9	21.8	27585	1.8	21.5	0.7
253	28.0	0.50	125	0.68	2.6	10.9	101.9	776	1.4	22.6	28.7
SAMPLE	Co	Cr	Cu	Dy	Eu	Fe2O3%	Ga	Gd	Hf	K2O%	La
251	3.8	53.4	93.4	9.3	3.2	9.1	0.1	7.8	17.4	0.01	17.5
252	15.1	177.4	372.2	8.9	2.7	16.6	5.0	9.8	227.5	1.77	134.3
253	12.0	22.5	99.8	7.6	3.5	22.2	0.1	12.6	6.1	0.05	41.9
SAMPLE	Li	Mg	MgO%	Mn	Mo	Na2O%	Nb	Nd	Ni	Pb	Pr
251	4.6	9903.64	0.99	49673	31.8	0.08	22.0	0.5	2.8	40474	8.9
252	41.4	33880.7	3.39	7896	96.9	2.52	23.3	27.4	13.9	79717	15.0
253	37.5	6902.85	0.69	19875	5.4	1.37	21.8	21.5	6.2	17419	19.8
SAMPLE	Sc	Sm	Sn	Sr	Ta	Ti	U	V	Y	Zn	Zr
251	13.1	7.2	3.9	755	19.7	32	1.0	189.9	57.5	4063	6
252	16.8	11.1	2.5	6296	11.0	3410	2.9	134.1	49.6	10601	211
253	15.7	16.2	2.8	326	14.4	2411	1.9	139.9	58.0	4916	78

جدول (۳-۵۵) : نتیجه آنالیز جذب اتمی نمونه های مسیر پیمایش 1-B

SAMPLE	Ag	As	Cu	Mo	Pb	Sb	W	Zn	Au	Hg
	Content Unit : ppm Au ( ppb )									
254	0.1	7.7	134	3.33	13.4	8.1	4.7	372	2.5	0.13

جدول (۳-۵۶) : نتیجه آنالیز Fire Assay نمونه های مسیر پیمایش 1-B

SAMPLE	Au(ppb)
250	160
293	315

نتایج نمونه های SH-251.SH252.SH253 ، حاکی از غنی شدگی جهت عنصر سرب ( تا ۷۹۷۱۷ ppm ) ، عنصر روی ( ۱۰۶۰۱ ppm ) و عنصر استرانسیم ( ۶۲۹۶ ppm ) می باشد که می تواند به عنوان یک ناحیه امید بخش مشخص شود .



### ۲-۲-۳- مسیر پیمایش 2

مسیر پیمایش 2- B در شمال غرب برگه ۱:۵۰،۰۰۰ رباط مورشك واقع شده است. نقطه شروع پیمایش دارای مختصات "۵ ۳۱' ۵۸" طول شرقی و "۳۰' ۳۳" عرض شمالی می‌باشد. راه دسترسی از طریق جاده سه قلعه- رباط مورشك و رسیدن به کوه پل شوره فریزی است. مسیر این پیمایش در شکل (۲۷-۳) نشان داده شده است.  
لیتولوژی عمده در این منطقه شامل :

آهک (Jq 1) : در کوه فقیه و شکسته کسوری گسترش دارد و بیشتر شامل آهک بالایه بندی مشخص و به رنگ خاکستری روشن همراه با مقدار کمی ماسه سنگ است . در افقهای بالاتی آهک از نوع الیتیک اهمیت بیشتری پیدا می نماید. آهک (Jdq)؛ سازند قلعه‌دختر ، در دامنه باختری ناویدیس کوه بیرگ بروند دارد و شامل حدود ۴۰۰ متر بیومیکرودایت بالایه بندی نازک و برنگ خاکستری روشن تا قهوه ای است که برخی میان لایه های مارنی به سن باتونین - کاللوین آنها را همراهی می نماید. توف سبز (Pg t)؛ این واحد برابر با سازند کرج در البرز می باشد. در شکل (۲۸-۳) وضعیت زمین شناسی منطقه نشان داده شده است. مطالعات ژئوشیمیایی آنومالی خاصی را در محدوده نشان نمی‌دهد.

طبق بررسی‌های صحرایی از مسیر پیمایش 2-B، اقدام به برداشت (۲) نمونه شد. فهرست این دو نمونه بهمراه موقعیت محل برداشت و نوع آنالیزهای انجام گرفته در جدول (۵۷-۳) آورده شده است. نتایج آنالیز صورت گرفته در جدول (۵۸-۳) ارائه شده است.

جدول (۵۷-۳) : لیست اسامی نمونه های سنگی مسیر پیمایش 2

مختصات نمونه (UTM)		نوع آنالیز	شماره نمونه	ردیف
Y	X			
3703228	596680	SPE	SH-284	۱
3702327	597977	SPE	SH-285	۲

در ابتدای مسیر پیمایش از واحد سنگ آهکی که در قسمت بالای ارتفاعات کریستالیزه شده است، نمونه شماره SH-284 برداشته شد. از محل کنتاک آهک‌ها با آندزیت‌ها، نمونه شماره SH-285 برداشت شده است. این آهک‌ها خردشده‌گی زیادی از خود نشان می‌دهند که از این جهت برای سنگ نمای ساختمان مناسب نیستند.



جدول (۵۸-۳) : نتیجه آنالیز اسپکتروفتوometری نمونه‌های مسیر پیماش 2-B

SAMPLE	%SiO <sub>2</sub>	%Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%CaO	%MgO	%P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	%TiO <sub>2</sub>	%Na <sub>2</sub> O	%K <sub>2</sub> O	%MnO
Sh-284	0.8	0.69	0.21	53.03	0.61	0.043	0.019	0.2	0.1	0.023
Sh-285	76	3.24	12	1.05	0.45	0.041	0.07	0.21	0.08	0.033

باتوجه به نتایج آنالیز اسپکتروفتوometری نمونه‌های شماره SH-284 بیانگر وجود کلسیت بوده که برای مصارف صنعتی و سیمان سازی می‌توان از آن استفاده نمود.

### B-3-۲-۳ - مسیر پیماش 3

مسیر پیماش 3-B در مرکز برگه ۱:۵۰۰۰۰ رباط مورشك واقع شده است. نقطه شروع پیماش دارای مختصات "۱۱°۵'۵۸" طول شرقی و "۶۰°۲۵'۳۳" عرض شمالی می‌باشد. راه دسترسی از طریق جاده سه قلعه - رباط مورشك - کوه پل شوره فریزی است. مسیر این پیماش در شکل (۲۷-۳) نشان داده شده است.

لیتو لوژی عمدہ در این مسیر شامل:

سازند شمشک (JS) از شیل‌های یکنواخت و سیلتی - ماسه ای همراه با میان میان لایه هائی از ماسه سنگ پیدایش یافته است (شکل ۲۸-۳).

مطالعات ژئوشیمیایی آنومالی خاصی را در محدوده نشان نمی‌دهد. طبق بررسی‌های صحرایی از مسیر پیماش 3-B اقدام به برداشت (۱) نمونه شد. موقعیت محل برداشت و نوع آنالیز انجام گرفته بر روی این نمونه در جدول (۵۹-۳) آورده شده است. آنالیز ICP بر روی این نمونه انجام گرفته است که نتیجه این آنالیز در جدول (۳-۴۰) ارائه شده است.

ابتدا مسیر پیماش 3-B به محل روستای رباط مورشك می‌رسیم که این رباط مخروبه شده است و از سنگ آهک‌های شمال رباط می‌توان برای مصالح ساختمانی سنگ لاشه استفاده نمود. در جنوب رباط مورشك، از سازند ماسه سنگی شمشک که دارای کانی پیریت است، اقدام به برداشت نمونه شماره SH-286 شد.



جدول (۳-۵۹) : لیست اسامی نمونه‌های سنگی مسیر پیمایش B-3

مختصات نمونه (UTM)		نوع آنالیز	شماره نمونه	ردیف
Y	X			
3702016	598982	ICP	SH-286	۱

جدول (۳-۶۰) : نتیجه آنالیز ICP نمونه‌های مسیر پیمایش B-3

SAMPLE	Au	W	Sb	Bi	Ag	Al2O3%	As	Ba	Be	CaO%	Cd	Content Unit : ppm
												Au (ppb)
SH-286	2.2	28.5	6.51	1.64	0.4	16.8	471.1	576	2.7	1.0	0.1	
SAMPLE	Co	Cr	Cu	Dy	Eu	Fe2O3%	Ga	Gd	Hf	K2O%	La	
SH-286	33.7	106.5	958.1	5.1	1.5	24.9	27.5	11.9	3.3	4.40	42.7	
SAMPLE	Li	Mg	MgO%	Mn	Mo	Na2O%	Nb	Nd	Ni	Pb	Pr	
SH-286	29.3	9058.17	0.91	1030	7.6	0.34	44.5	35.5	66.7	43.3	21.2	
SAMPLE	Sc	Sm	Sn	Sr	Ta	Ti	U	V	Y	Zn	Zr	
SH-286	18.3	10.6	250.9	97	12.3	5180	2.4	174.8	16.5	180	75	

با توجه به نتیجه آنالیز این محدوده دارای غنی شدگی نبوده و به عنوان پتانسیل اقتصادی مطرح نمی باشد.

#### B-4-۲-۳ - مسیر پیمایش

مسیر پیمایش 4-B در شرق برگه ۱:۵۰،۰۰۰ رباط مورشك واقع شده است. نقطه شروع پیمایش دارای مختصات

۰۹° ۵۸' طول شرقی و ۳۴° ۲۲' عرض شمالی می باشد. راه دسترسی از طریق جاده سه قلعه به رباط

مورشك است. مسیر این پیمایش در شکل (۲۷-۳) نشان داده شده است.

لیتوژئی عمده منطقه شامل :

توف سبز ( $Pg^t$ ) و نفوذی های ساب ولکانیک با ترکیب داسیتی ( $Pg^{sba}$ ) این واحد از توده های کوچک مخروطی پدید آمده و از خود ترک خوردگی ستونی نشان می دهد و نسبت به سری های قدیمی تر توف های سبز و رسوب های وابسته به طور دگر شیب قرار گرفته است. قطر این توده های مخروطی از ۲/۵ کیلومتر در دغ رباط تا ۱/۵ کیلومتر در شمال چاه حسینا متغیر می باشد. که در شکل (۲۸-۳) نشان داده شده است. بر اساس مطالعات ژئوشیمیایی، آنومالی این محدوده در اولویت چهارم اکتشافی گزارش شده است.



طبق بررسی‌های صحراوی از مسیر پیمایش B-4، اقدام به برداشت (۴) نمونه شد. فهرست این نمونه‌ها بهمراه موقعیت محل برداشت و نوع آنالیزهای انجام گرفته در جدول (۶۱-۳) آورده شده است. خاطر نشان می‌نماید که از این تعداد، (۲) نمونه جهت آنالیز جذب اتمی (۱) نمونه جهت آنالیز طلا و (۱) نمونه جهت آنالیز اسپکتروفوتومتری مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این آنالیز در جدول (۶۲-۳) ارائه شده است.

با عبور از واحدهای سنگ آهکی که فاقد کانی‌سازی هستند و بیشتر برای صالح ساختمانی قابل استفاده است، پیمایش شروع شد. در طی پیمایش از رباط مورشك به سمت شرق، از یک واحد ماسه سنگی که در داخل آن مقداری کانی پیریت است، نمونه شماره SH-287 برداشت شد. در داخل این واحد ماسه سنگی، یک رگه کوارتزی است که همراه آن اکسید های آهن نیز مشهود است. از این رگه کوارتزی نمونه شماره SH-288 برداشت شده است.

جدول (۶۱-۳): لیست اسامی نمونه های سنگی مسیر پیمایش B-4

مختصات		نوع آنالیز	شماره نمونه	ردیف
Y	X			
3691569	611202	AAS	SH-287	۱
3691615	611221	AAS	SH-288	۳
3691604	611527	SPE	SH-290	۴
3691604	611527	Fire Assay	SH-289	۵

جدول (۶۲-۳) : نتیجه آنالیز جذب اتمی (a)، اسپکتروفوتومتری (b) و (c) نمونه‌های مسیر پیمایش B-4

(a)

Content Unit : ppm Au ( ppb )										
SAMPLE	Ag	As	Cu	Mo	Pb	Sb	W	Zn	Au	Hg
SH-287	0.1	12.9	191	8.04	25.9	10.7	2.0	168	1.9	0.05
SH-288	0.1	19.8	75	3.53	21.1	4.5	1.5	99	2.9	0.08

(b)

SAMPLE_NO	AU(ppb)
289	2.8

(c)

SAMPLE_NO	%SiO2	%AL2O3	%Fe2O3	%CaO	%MgO	%P2O5	%TiO2	%Na2O	%K2O	%MnO
Sh-283	57	17	6	7	4	0	1	3	1	0

با توجه به نتایج نمونه ها محدوده فاقد کانی سازی می باشد.



### B-۵-۲-۳-مسیر پیمایش ۵

مسیر پیمایش ۵ B در شرق برگه ۱:۵۰،۰۰۰ رباط مورشك واقع شده است. نقطه شروع پیمایش دارای مختصات  $58^{\circ} 10' 58''$  طول شرقی و  $33^{\circ} 22' 18''$  عرض شمالی می‌باشد. راه دسترسی از طریق جاده شوسه سه قلعه، دق سرمه‌دلی و شند یکه تاخ است. مسیر این پیمایش در شکل (۲۷-۳) نشان داده شده است.


لیتولوژی عمده در این منطقه شامل؛ سازند شمشک (Js)، از شیلهای یکنواخت و سیلتی - ماسه‌ای همراه با میان لایه‌های از ماسه سنگ پیدایش یافته است. در شکل (۲۸-۳) وضعیت زمین‌شناسی منطقه نشان داده شده است.

مطالعات ژئوشیمیایی آنومالی خاصی را در محدوده نشان نمی‌دهد. طبق بررسی‌های صحرایی از مسیر پیمایش ۵، اقدام به برداشت (۳) نمونه شد. فهرست این نمونه‌ها بهمراه موقعیت محل برداشت و نوع آنالیزهای انجام گرفته در جدول (۶۳-۳) آورده شده است. خاطر نشان می‌نماید که از این تعداد (۱) نمونه جهت تهیه و مطالعه مقاطع نازک میکروسکوپی، (۱) نمونه جهت آنالیز ICP و (۱) نمونه جهت آنالیز اسپکتروفوتومتری مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند. نتایج آنالیزهای صورت گرفته در جداول (۶۴-۳) و (۶۵-۳) ارائه شده است.

در ابتدای مسیر پیمایش به یک واحد آندزیتی شدیداً فرسایش یافته‌ای که دارای آلتراسیون کلریتی و لیمونیتی، همراه با رگه‌های ژیپس و لایه‌ای از جنس توف با روند شمالی-جنوبی است برخورد شد که در تناوب با یک لایه ماسه سنگی است. در این لایه ماسه سنگی، رگچه‌هایی از سیلیس است و نمونه شماره SH-159 از این رگچه‌های سیلیسی برداشت شد. در ادامه پیمایش در داخل همین واحد ماسه سنگی، باز هم ظهور رگچه‌های سیلیسی زیادی به‌چشم می‌خورد که در بخش‌هایی از آن با کانی‌های پیریت و کالکوپیریت همراه است و نمونه شماره 160-SH از این رگچه‌های سیلیسی انتخاب شد. در پایان مسیر پیمایش ۵-B، یک دایک آفرین در حد میکرو دیوریت است که به کلریت و کانی‌های رسی آلتره شده است و اقدام به برداشت نمونه شماره 161-SH از دایک مذکور شد.

جدول (۳) : لیست اسامی نمونه‌های سنگی مسیر پیمایش ۵

مختصات نمونه (UTM)		نوع آنالیز	شماره نمونه	ردیف
Y	X			
3684021	612079	SPE	SH-159	۱
3684070	611988	ICP	SH-160	۲
3683691	613670	THIN	SH-161	۳

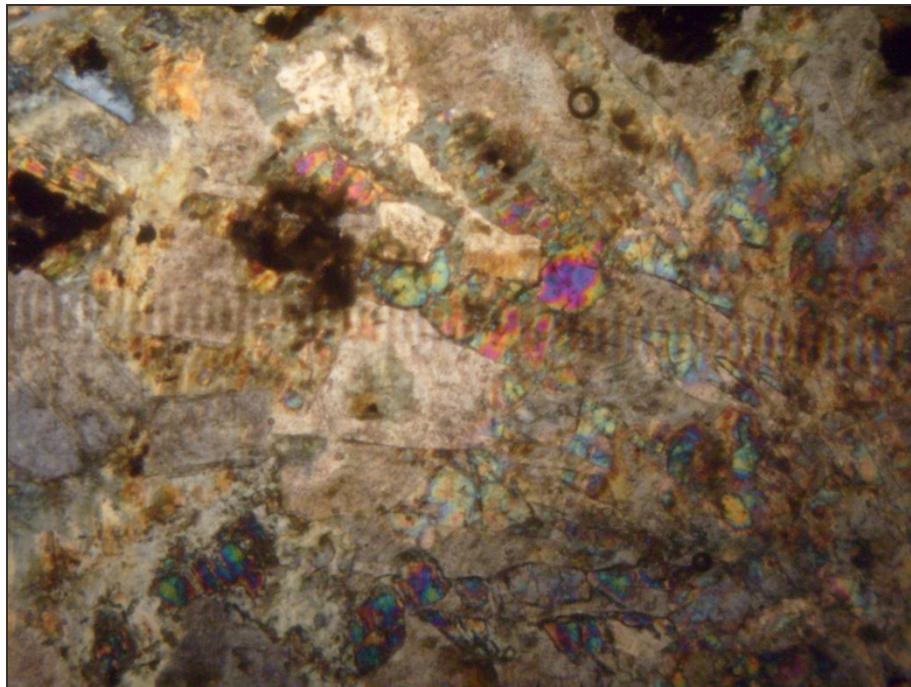

شکل (۲۹/۳): تصویر میکروسکوپی از مقطع نازک نمونه شماره SH-161

جدول (۶۴-۳) : مشخصات مقطع نازک نمونه شماره SH-161

ردیف	شماره مقطع	SH-161
۱	کانی‌های اصلی	پلاژیوکلازها به صورت کشیده و کلینوپیروکسن‌ها نسبتاً سالم و برخی آتره شده هستند، کوارتز، کانی‌های اوپک
۲	کانی‌های سنگین	آپاتیت، کوارتز
۳	کانی‌های آلتراسیونی	کلریت Fe، کربنات، کانی‌های گروه اپیدوت، آمفیبول، بیوتیت
۴	بافت سنگ	Intergranular- Intersertal
۵	نام سنگ	گابرو آتره شده



جدول (۳-۶۵) : نتیجه آنالیز ICP نمونه‌های مسیر پیماش 5-B

Content Unit : ppm Au ( ppb )											
SAMPLE	Au	W	Sb	Bi	Ag	Al2O3%	As	Ba	Be	CaO%	Cd
160	6.2	0.50	0.57	0.20	0.7	1.0	9.3	75	0.4	3.9	0.5
SAMPLE	Co	Cr	Cu	Dy	Eu	Fe2O3%	Ga	Gd	Hf	K2O%	La
160	3.9	56.1	0.2	1.5	0.1	4.9	6.7	0.1	0.5	0.03	1.9
SAMPLE	Li	Mg	MgO%	Mn	Mo	Na2O%	Nb	Nd	Ni	Pb	Pr
160	36.2	1733.16	0.17	477	3.1	0.11	0.5	5.4	10.8	23.0	5.0
SAMPLE	Sc	Sm	Sn	Sr	Ta	Ti	U	V	Y	Zn	Zr
160	1.3	0.0	0.6	47	1.0	183	1.0	9.6	3.3	159	33

جدول (۳-۶۶) : نتیجه آنالیز اسپکتروفوتومتری نمونه‌های مسیر پیماش 5-B

SAMPLE	%SiO2	%Al2O3	%Fe2O3	%CaO	%MgO	%P2O5	%TiO2	%Na2O	%K2O	%MnO
SH-159	80.42	2.76	5.77	4.7	2.04	0.23	0.067	1.05	0.25	0.14

با توجه به نتایج آنالیز نمونه‌ها، مسیر پیماش 5-B قادر ارزش اقتصادی می‌باشد.

### B-۶-۲-۳ - مسیر پیماش 6

مسیر پیماش 6-B در جنوب شرق نقشه ۱:۵۰،۰۰۰ اریباط مورشك واقع شده است. نقطه شروع پیماش دارای مختصات "۳۶° ۱۱' ۵۸" طول شرقی و "۱۷° ۱۵' ۳۳" عرض شمالی می‌باشد. راه دسترسی از طریق جاده شوسه سه قلعه، دق سرمهدلی و شند یکه تاخ است. مسیر این پیماش در شکل (۳-۲۷) نشان داده شده است.

لیتولوژی عمده محدوده پیرامون مسیر پیماش 6-B شامل، سازند شمشک (Js)، که با روند شمال خاوری - جنوب باختری، پیرامون دغرباط بیرون زدگی دارد و از شیل‌های یکنواخت و سیلتی - ماسه‌ای همراه با میان میان لایه‌های از ماسه سنگ پیدایش یافته است. در شکل (۳-۲۸) وضعیت زمین شناسی منطقه نشان داده شده است.

مطالعات ژئوشیمیایی آنومالی خاصی را در این محدوده نشان نمی‌دهد. طبق بررسی‌های صحرایی از مسیر پیماش R-6، اقدام به برداشت ۱۳ نمونه شد. که فهرست این نمونه‌ها بهمراه موقعیت محل برداشت و نوع آنالیزهای انجام گرفته در جدول (۳-۶۷) آورده شده است. از این تعداد، (۱) نمونه جهت آنالیز جذب اتمی، (۳) نمونه جهت آنالیز



اسپکتروفوتومتری و (۲) نمونه جهت XRD مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آنالیزهای صورت گرفته در جداول (۶۸-۳) تا (۶۹-۳) ارائه شده است.

در ابتدای مسیر پیمایش، یک واحد ماسه سنگی قرمز به همراه توف در نقطه ۳۶۸۲۲۴۳ - ۶۰۹۹۴۶ است که با وجود وسعت ۴۰۰ متر مربعی آن فاقد آثار کانی‌سازی می‌باشد. در داخل واحد ماسه سنگی (سازند شمشک) رگچه‌هایی از کوارتز رویت گردید و نمونه‌های شماره SH-50 و SH-51 از این رگچه‌ها برداشته شد.

با ادامه پیمایش، در داخل واحد آگلومراتی در این ناحیه، آلتراسیون کلریتی و اپیدوتی مشهود بود که اقدام به برداشت نمونه شماره SH-52 شد. در پایان مسیر پیمایش مذکور به یک واحد سنگ آهک دگرگونی با دانه‌های سیلیسی برخورد شد که این دانه‌های سیلیسی بصورت آمورف، پراکنده و دارای اکسیدهای آهن و منگنز بودند و نمونه‌های شماره SH-54، SH-53 از آن‌ها برداشت شدند.

جدول (۶۷-۳) : لیست اسامی نمونه‌های سنگی مسیر پیمایش B-6

مخالفات		نوع آنالیز	شماره نمونه	ردیف
Y	X			
3682734	609882	SPE	SH-50	۱
3682851	610223	SPE	SH-51	۲
3682640	610397	AAS	SH-52	۳
3683590	610878	SPE	SH-53	۴
3683796	611480	XRD	SH-54	۵
3683662	611510	XRD	SH-55	۶

جدول (۶۸-۳) : نتیجه آنالیز اسپکتروفوتومتری نمونه‌های مسیر پیمایش B-6

SAMPLE	Content Unit : ppm Au ( ppb )									
	%SiO <sub>2</sub>	%Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%CaO	%MgO	%P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	%TiO <sub>2</sub>	%Na <sub>2</sub> O	%K <sub>2</sub> O	%MnO
SH-50	83.05	6.6	2.5	1.31	0.12	0.23	0.12	2.21	0.85	0.048
SH-51	44.4	10.33	8.6	6.1	10.48	0.86	1.37	1.54	0.04	0.15
SH-53	79	7.2	1.95	3.69	1.04	0.144	0.16	2.32	0.7	0.074

جدول (۶۹-۳) : نتیجه آنالیز جذب اتمی نمونه‌های مسیر پیمایش B-6

SAMPLE	Content Unit : ppm Au ( ppb )									
	Ag	As	Cu	Mo	Pb	Sb	W	Zn	Au	Hg
52	0.1	2.1	3	0.60	8.5	0.3	0.9	74	2.1	0.09



با توجه به نتایج آنالیز XRD نمونه‌ها دارای کانی مونتموریونیت می‌باشند. لذا این محدوده می‌تواند جهت خاک صنعتی (بنتونیت) پتانسیل اقتصادی داشته باشد و جهت مطالعات تکمیلی به عنوان یک اولویت درجه دو مطرح می‌باشد.

### B-7-۲-۳ - مسیر پیمایش

مسیر پیمایش 7 در غرب برگه ۱:۵۰،۰۰۰ ریباط مورشك واقع شده است. نقطه شروع پیمایش دارای مختصات "۱۲° ۳۳' ۵۸" طول شرقی و "۳۳° ۲۰' ۰" عرض شمالی می‌باشد. راه دسترسی از طریق جاده شوسه سه قلعه، دق سر محمد علی، شند یکه تاخ و چاه حسینا است. مسیر این پیمایش در شکل (۲۷-۳) نشان داده شده است. لیتوژوژی عمده در این منطقه شامل، سازند شمشک (Js)، که با روند شمال خاوری - جنوب باختری، پیرامون دغ ریباط بیرون زدگی دارد و از شیلهای یکنواخت و سیلتی - ماسه ای همراه با میان میان لایه هائی از ماسه سنگ تشکیل شده است. آهک (J<sub>bd</sub>) نشان لایه اخیر از دیدگاه لیتوژوژی و موقعیت چینهای برابر سازند بادامو در رشته کوههای شتری بنظر می‌آید. در شکل (۲۸-۳) وضعیت زمین‌شناسی این منطقه نشان داده شده است.

مطالعات ژئوشیمیایی آنومالی خاصی را در محدوده نشان نمی‌دهد. طبق بررسی‌های صحرایی از مسیر پیمایش 7، اقدام به برداشت (۲) نمونه شد که فهرست این نمونه‌ها بهمراه موقعیت محل برداشت و نوع آنالیزهای انجام گرفته در جدول (۷۰-۳) آورده شده است. خاطر نشان می‌نماید که از این تعداد، (۱) نمونه جهت آنالیز اسپکتروفتومتری و (۱) نمونه جهت XRD مورد بررسی قرار گرفتند. نتیجه آنالیز اسپکتروفتومتری در جدول (۷۱-۳) ارائه شده است.

در این مسیر پیمایش سنگ‌های داسیتی رخنمون داشته که در داخل ریولیت‌ها نفوذ کرده‌اند. در سمت شرق این داسیت‌ها سازند شمشک واقع شده است و در سمت غرب آن‌ها یک واحد گدازه‌ای از جنس ریولیت است که به شدت آتره و تبدیل به بنتونیت شده است. یک معدن فعال در محدوده پیمایش بنتونیت‌ها دیده می‌شود که از این محل اقدام به برداشت دو نمونه شد. (نمونه‌های شماره SH-260 و شماره SH-261) با بررسی XRD نمونه شماره SH-260 کانی‌های بیدلیت و کریستوبالیت است، که حاکی از وجود بنتونیت می‌باشد.



جدول (۷۰-۳) : لیست اسامی نمونه های سنگی مسیر پیمایش B-7

مشخصات نمونه (UTM)		نوع آنالیز	شماره نمونه	ردیف
Y	X			
3714855	599543	XRD	SH-260	۱
3687799	600616	SPE	SH-261	۲

جدول (۷۱-۳) : نتیجه آنالیز اسپکتروفوتومتری نمونه های مسیر پیمایش B-7

SAMPLE	%SiO <sub>2</sub>	%Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%CaO	%MgO	%P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	%TiO <sub>2</sub>	%Na <sub>2</sub> O	%K <sub>2</sub> O	%MnO
SH-261	70.4	13.5	1.36	3.12	2.1	0.29	0.25	2.17	0.47	0.06

با توجه به نتایج آنالیز XRD نمونه شماره SH-260 و مشاهدات صحرایی منطقه، حاکی از یک آنومالی خاک صنعتی

است که می‌تواند به عنوان یک محدوده امید بخش معرفی گردد.



### ۳-۳- بررسی نواحی امیدبخش و مشکوک به کانی‌سازی در ورقه ۱:۱۰۰،۰۰۰ مهرخش

چهار گوش ۱:۱۰۰،۰۰۰ نقشه توپوگرافی مهرخش بین  $۳۰^{\circ} ۵۸^{\prime}$  طول شرقی و  $۳۳^{\circ} ۱۵^{\prime}$  تا  $۳۳^{\circ} ۳۰^{\prime}$

عرض شمالی در استان خراسان جنوبی قرار دارد.

در طی عملیات صحرایی مسیرهای پیمایش طراحی شده مورد بازدید قرار گرفته و مجموعاً ۷۳ نمونه در مسیر پیمایش جهت انجام فاز مطالعاتی از برگه ۱:۱۰۰،۰۰۰ مهرخش برداشت شد. فهرست و موقعیت محل برداشت این نمونه‌ها در پیوست شماره یک این گزارش ارائه شده است. از این تعداد، ۲۷ نمونه برای آنالیز جذب اتمی، ۱۰ نمونه برای آنالیز اسپکتروفتوometri، ۱۰ نمونه برای آنالیز ICP، ۱۱ نمونه برای Fire Assay، ۱۱ نمونه جهت مطالعه مقاطع نازک و صیقلی و ۲ نمونه برای XRD برداشت شده است. نتایج آنالیزها در پیوست شماره سه این گزارش ارائه شده است.



### ۳-۳-۱-۱-مسیر پیمایش M-1 (شکسته قصاب)

مسیر پیمایش M-1 (شکسته قصاب) در شمال شرق برگه ۵۰،۰۰۰:۱۰۰،۰۰۰ امهرخشن واقع شده است. نقطه شروع پیمایش دارای مختصات  $40^{\circ} 27' 58''$  طول شرقی و  $33^{\circ} 14' 47''$  عرض شمالی می‌باشد. راه دسترسی از طریق جاده سه قلعه به بیرون (بعد از طی ۱۵ کیلومتر) و عبور از چاه زرین، چاه مزار، چاه خوشنی، چاه کریمداد، چاه گل کز، کوهقله و چشم میشود. مسیر این پیمایش در شکل (۳-۳) نشان داده شده است.

لیتولوژی عمده محدوده پیرامون این مسیر پیمایش شامل، سری سنگهای ولکانیکی آتوسن میانی توف سیز (<sup>۱</sup>Pg) این واحد برابر با سازند کرج در البرز می‌باشد که در منطقه بخوبی بررسی شده است. توفهای سیز ترکیب داسیتی دارد و در زیر میکروسکوپ بافت پورفیرو کلاستیک از خود نشان می‌دهد. در شکل (۳-۳) وضعیت زمین‌شناسی منطقه نشان داده شده است.

مطالعات ژئوشیمیایی آنومالی خاصی را در محدوده نشان نمی‌دهد. طبق بررسی‌های صحرایی، مسیر پیمایش M-1 به دو مسیر M-1a و M-1b تفکیک شد. جمعاً از مسیر پیمایش M-1، اقدام به برداشت ۱۶ نمونه شد که فهرست این نمونه‌ها بهمراه موقعیت محل برداشت و نوع آنالیزهای انجام گرفته در جداول (۳-۷۲) و (۳-۷۴) آورده شده است. خاطر نشان می‌نماید که از این تعداد (۲) نمونه جهت مطالعه مقاطع میکروسکوپی، (۱۵) نمونه جهت آنالیز ICP، (۸) نمونه XRD جهت آنالیز جذب اتمی، (۳) نمونه جهت آنالیز اسپکتروفتومتری، (۱) نمونه جهت Fire Assay و (۱) نمونه جهت M-1a مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آنالیزهای صورت گرفته در جداول (۳-۷۶) تا (۳-۷۸) ارائه شده است.

### ۳-۳-۱-۱-۱-مسیر پیمایش M-1a

در این مسیر، یک زون گسلی دارای امتداد شمالی-جنوبی به طول ۳۰ تا ۲۰ متر و افزای یک متر در بالای واحدهای توف آندزیتی که حاوی هیدروکسیدها و اکسیدهای آهن است که نمونه‌های شماره SH-43x و SH-43 از این زون گسلی برداشت شده است. همچنین یک رگه توف سیلیسی دارای روند شمال-جنوب حاوی کانه زایی اکسیدهای مس و کانه زایی هیدروکسیدهای آهن (لیمونیت) و اکسیدهای آهن (هماتیت) و کلریت و اپیدوت می‌باشد و نمونه‌های شماره SH-44 و SH-45 از این رگه برداشته شدند. خاطر نشان می‌نماید که طول این رگه ۱۰۰ متر و در امتداد زون گوسان و



ضخامت این رگه (۱) تا (۲) متر بوده و در بعضی جاها دارای بافت Box-work و در بعضی قسمت‌ها به صورت برش سیلیسی درآمده است. زون‌های گوسان حاوی اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن و منگنز با روند شمالی-جنوبی درون واحدهای توف آندزیتی و توف سیلیسی به طول ۵۰۰ متر در سمت راست آبراهه اصلی و پهنهای ۱۰۰ متر که در دیواره آنها آتراسیون‌های اکسیداسیون (لیمونیتی-هماتیتی) دیده می‌شود. این زون‌های گوسان دارای رگچه‌های سیلیس به صورت پراکنده می‌باشند (شکل ۳-۳). از این زون‌های گوسان نمونه شماره SH-46 و نمونه شماره SH-47 برداشت شدند. در ادامه مسیر یک واحد سنگ آذرین حد واسط که دارای کانی سازی از نوع کلریت و ملاکیت (شکل ۳-۳) می‌باشد و نمونه شماره SH-48 و نمونه شماره SH-48X برداشت شدند. همچنین نمونه شماره SH-158 از سنگ‌های ولکانیکی بازیک برداشت شد. در انتهای مسیر از رگه سیلیسی که در مجاورت با توف‌های آندزیتی قرار دارد نمونه شماره SH-155 و از زون رسی در داخل توف‌های آندزیتی که حاوی رگچه‌های سیلیسی می‌باشد نمونه شماره SH-156 برداشت شد. فهرست بهمراه موقعیت محل برداشت و نوع آنالیزهای انجام گرفته نمونه‌های مسیر پیمایش M-1a در جدول (۳-۷) آورده شده است.

جدول (۳-۷) : لیست اسامی نمونه‌های سنگی مسیر پیمایش M-1a

مختصات نمونه (UTM)		نوع آنالیز	شماره	ردیف
Y	X			
3679467	630053	ICP	SH-43	۱
3679352	630094	ICP	SH-44	۲
3679152	630204	AAS	SH-45	۳
3679715	630115	ICP	SH-46	۴
3679715	630115	XRD	SH-47	۵
3679953	629988	AAS	SH-48	۶
3679953	629988	THIN	SH-48X	۷
3680117	629961	ICP	SH-49	۸
3679467	630053	Fire Assay	SH-43x	۹
3679352	630577	ICP	SH-158	۱۰
3678542	630493	SPE	SH-156	۱۱
3678560	631269	ICP	SH-155	۱۲



۱




۲

شکل (۳۲-۳): رگه توف سیلیسی دارای روند شمال-جنوب حاوی کانه زائی اکسیدی مس (مالاکیت) و کانه زائی هیدروکسیدی آهن (دید به سمت جنوب)



شکل (۳۳-۳): واحد ولکانیک بازیک حاوی کانه زایی اپیدوت، کلریت و به طور جزئی و پراکنده مالاکیت؛ (دیدبه سمت به جنوب)

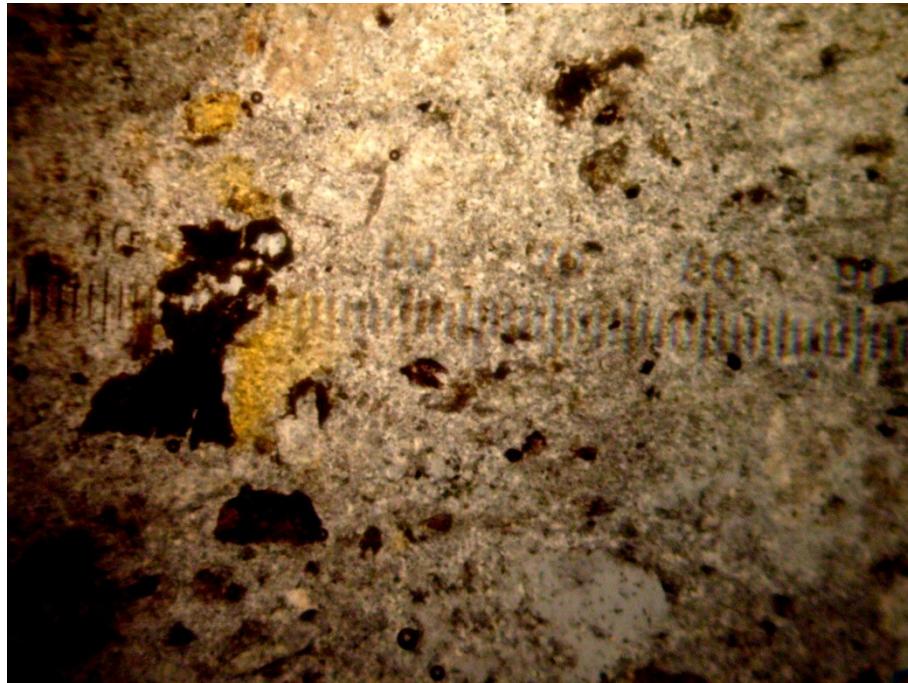

شکل (۳۴-۳): تصویر میکروسکوپی از مقطع نازک نمونه شماره SH-48X

جدول (۳-۷۳) : مشخصات مقطع نازک نمونه شماره SH-48X

ردیف	شماره مقطع	SH-48x
۱	کانی‌های اصلی	کوارتز بسیار دانه ریز در زمینه سنگ و کانی‌های فتوکریست کاملاً آلترا شده که نامشخص است، کانی‌های اوپک، بیوتیت آلترا شده
۲	کانی‌های فرعی	زیرکن
۳	کانی‌های آلتراسیونی	کلریت، کانی‌های اوپک، سرسیت
۴	بافت سنگ	پیروکلاستیک (Pyroclastic)
۵	فام سنگ	با توجه به شدت آلتراسیونی تقریباً می‌توان گفت: توف اسیدی



### M-1b - ۳-۱-۲ - مسیر پیمايش

در این مسیر آندزیت با آلتراسیون کلریتی و هماتیتی به همراه کانه زایی مس قابل رویت مشاهده است. این واحد آندزیتی شدیدا خرد شده است. نمونه های شماره SH-143 و SH-144 از این واحد برداشت شدند. احتمالاً کانه زایی در این منطقه در ارتباط با دایک ها است که در واحدهای توفهای آندزیتی نفوذ کرده‌اند. در ادامه مسیر از یک زون برشی که شدیداً خرد شده است و در آن کانی‌های کلریت و مالاکیت دیده می‌شود، نمونه شماره SH-145 برداشت شده است. از واحد میکرودیوریتی به همراه آثاری از کانی سازی مالاکیت نمونه‌های شماره SH-146 ، SH-147 و SH-148 برداشت شدند. از رگه سیلیسی در مجاورت با دایکی به ضخامت ۱۰ سانتیمتر که حاوی کانی سازی پیریت و مالاکیت می‌باشد، نمونه شماره SH-149 برداشت شد. از واحد توف آندزیتی که دارای کانی‌سازی مس می‌باشد، نمونه شماره SH-150 برداشت شد. همچنین در ادامه مسیر از سنگ‌های آندزیتی با کانه‌زایی اسفالریت نمونه‌های شماره SH-152 برداشت شد. همچنین از آندزیت‌های حاوی کانه‌زایی مالاکیت نمونه شماره SH-153 برداشت گردید. در ادامه مسیر در واحدهای برشی شده توف آندزیتی، رگه سیلیسی به همراه آلتراسیون مشاهده گردید لذا نمونه‌های شماره SH-154 و SH-151 از آنها برداشت شدند. در این مسیر توفهای آندزیتی حاوی اکسیدهای آهن مشاهده شد (نمونه‌های شماره SH-36 و SH-37). در این مسیر به رخمنوی از واحدهای آندزیتی حاوی کانه‌زایی پیریت و کالکوپیریت که به صورت دسیمینه بود برخورد نمودیم. لذا نمونه شماره SH-38 از آنها برداشت شد. همچنین نمونه شماره SH-39 از آندریت‌های که مشکوک به کانه‌زایی مس بودند برداشت شد. در ادامه مسیر به رخمنوی از توفهای سبز رسیده که حاوی کانه‌زایی اپیدوت، کلریت و به طور جزئی اکسید و هیدرواکسیدهای آهن بوده لذا نمونه شماره Sh-42 از آنها برداشت گردید. فهرست بهمراه موقعیت محل برداشت و نوع آنالیزهای انجام گرفته نمونه‌های مسیر پیمايش M-1b در جدول (۳-۲) آورده شده است.



جدول (۷۴-۳): لیست اسامی نمونه‌های سنگی مسیر پیمایش M-1b

مختصات نمونه (UTM)		نوع آنالیز	شماره	ردیف
Y	X			
3674808	633140	AAS	SH-143	۱
3675611	633743	ICP	SH-144	۲
3675647	633934	ICP	SH-145	۳
3675520	634073	SPE	SH-146	۴
3675296	634691	ICP	SH-147	۵
3675121	634931	THIN	SH-148	۶
3675121	634931	ICP	SH-149	۷
3674971	634827	AAS	SH-150	۸
3675001	634863	ICP	SH-151	۹
3674891	634896	ICP	SH-152x	۱۰
3674850	635212	ICP	SH-154	۱۱
3674742	635038	AAS	SH-153	۱۲
3674891	634896	SPE	SH-152	۱۳
3674539	632684	ICP	SH-36	۱۴
3674305	632595	ICP	SH-38	۱۵
3674403	632591	AAS	SH-37	۱۶
3674294	632604	AAS	SH-39	۱۷
3674827	632088	AAS	SH-42	۱۸
3674205	632146	SPE	SH-41	۱۹



شکل (۳۵-۳): تصویر میکروسکوپی از مقطع نازک نمونه شماره SH-148



جدول (۷۵-۳) : مشخصات مقطع نازک نمونه شماره SH-148

ردیف	شماره مقطع	SH-148
۱	کانی‌های اصلی	پلازیوکلاز در اندازه‌های بزرگ و متوسط اغلب دارای ماکلهای آلبیتی و پریکلین، کلینوپیروکسن (اوژیت) – برخی از پیروکسن‌ها به کانی‌های فلزی و آمفیبول تبدیل شده‌اند.
۲	کانی‌های فرعی	دیده نمی‌شود.
۳	کانی‌های آلتراسیونی	کلریت، آمفیبول، کربنات، کانی‌های گروه اپیدوت، کانی‌های اوپک
۴	بافت سنگ	Intergranular- Intersertal
۵	نام سنگ	گابرو (Gabbro)

جدول (۷۶-۳) : نتیجه آنالیز اسپکتروفوتومتری نمونه‌های مسیر پیمایش M-1

SAMPLE	%SiO <sub>2</sub>	%Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%CaO	%MgO	%P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	%TiO <sub>2</sub>	%Na <sub>2</sub> O	%K <sub>2</sub> O	%MnO
SH-146	30	3.13	2.43	25.17	7.65	0.33	0.19	0.82	0.37	0.62
SH-152	59	16	6	4	3	1	1	5	3	0
SH-156	26	3	6	28	6	0	0	0	0	0

جدول (۷۷-۳) : نتیجه آنالیز ICP نمونه‌های مسیر پیمایش M-1

SAMPLE	Content Unit : ppm Au ( ppb )										
	Au	W	Sb	Bi	Ag	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> %	As	Ba	Be	CaO%	Cd
43	1.6	0.54	8.33	0.20	1.3	1.9	506.7	186	1.6	7.7	0.7
44	5.7	1.36	9.57	0.20	3.6	6.5	52.7	263	1.3	5.0	1.1
46	2.4	2.02	7.55	0.20	1.0	9.0	66.2	199	1.5	9.5	1.4
49	1.4	1.77	1.19	0.20	0.9	6.6	30.2	828	1.6	3.6	0.5
144	1.5	0.71	0.50	0.20	0.8	8.3	7.5	480	1.3	9.4	0.9
145	3.4	0.50	0.50	0.20	1.4	0.7	4.9	765	0.2	36.6	1.0
147	2.3	0.50	0.50	0.20	0.8	5.1	2.5	220	0.4	27.6	0.8
149	1.2	0.50	0.50	0.20	0.7	1.0	1.4	44	0.4	9.3	0.3
158	1.8	0.5	1.97	0.2	0.8	5.5	34	650	1.1	14.7	0.7
151	1.9	0.5	0.5	0.2	0.8	11.5	1.9	387	1.4	15.2	0.9
152x	1.5	0.79	0.5	0.2	0.8	13.1	2.6	451	2.1	5.1	0.6
154	2.4	0.5	0.5	0.2	0.8	2.2	4.8	284	0.5	9.7	0.6
155	4.5	0.79	0.5	0.2	0.8	2.9	27.8	78	0.8	4.6	0.3
36	2.7	0.95	0.96	0.2	0.8	10.8	3.1	565	1.6	4.6	0.7
38	1.9	0.63	0.81	0.2	0.7	8.6	4.6	636	1.7	4.2	0.6



گزارش نهایی کنترل و بررسی نواحی امیدبخش در ورقه ۱:۱۰۰،۰۰۰ شارفچ  
فصل سوم: بررسی نواحی امید بخش و مشکوک به کانی سازی



SAMPLE	Co	Cr	Cu	Dy	Eu	Fe2O3%	Ga	Gd	Hf	K2O%	La
43	9.3	13.1	17.3	1.1	0.3	5.6	11.8	1.1	1.6	0.05	4.0
44	10.9	29.3	12652.3	4.0	1.2	6.1	13.0	3.0	5.6	0.12	16.8
46	24.7	81.8	309.3	4.5	2.3	12.1	21.6	1.0	2.8	0.15	16.6
49	9.1	45.7	1811.4	2.7	0.9	3.6	20.5	3.5	7.1	1.25	16.9
144	19.3	34.1	8.9	5.0	1.6	9.4	28.4	1.6	7.6	1.77	13.2
145	6.4	11.8	0.2	2.6	0.2	4.1	7.1	0.1	2.7	0.01	6.4
147	7.1	13.7	19546.4	6.9	0.5	4.0	9.6	0.9	2.3	0.22	11.9
149	1.8	47.3	0.2	1.1	0.1	1.0	2.6	0.1	0.3	0.01	2.8
158	8.6	40.9	56.6	4.8	0.1	6.6	14.9	1.6	4.1	0.3	9.8
151	15	27	439.9	8.9	1.6	8	20.3	4.2	8.2	1.63	24.7
152x	13	15.1	0.2	6.2	1	6.7	25.6	2.9	13	2.16	19.4
154	5.7	67.2	0.2	1.2	0.1	2.9	10.3	0.1	1.1	0.01	2.8
155	4	164.8	0.2	1.6	0.5	2.6	9.1	0.1	0.7	0.54	5.9
36	12.5	59.9	0.2	3.6	0.9	7	27.4	0.9	7.4	1.83	12.3
38	13.1	83.5	0.2	3.6	0.9	6.3	28.6	1.7	7.3	2.18	11.5
SAMPLE	Li	Mg	MgO%	Mn	Mo	Na2O%	Nb	Nd	Ni	Pb	Pr
43	64.1	41861.1	4.19	1272	9.2	0.07	11.8	9.7	18.9	13.0	5.6
44	157.2	19704.2	1.97	1996	6.3	0.04	15.3	28.4	6.1	34.1	6.1
46	37.5	53974.4	5.40	1231	5.3	0.09	42.3	35.9	55.9	40.2	12.6
49	45.8	18944.9	1.89	528	3.2	0.30	23.8	17.3	16.4	19.1	3.5
144	12.0	16609.5	1.66	831	1.3	3.26	36.3	26.4	18.1	4.4	9.7
145	14.5	62570.6	6.26	3920	0.6	0.06	1.7	7.6	0.5	35.4	4.4
147	17.8	19214.9	1.92	6349	1.3	0.95	5.3	33.9	0.5	0.5	4.1
149	20.5	4315.72	0.43	1136	0.6	0.18	0.5	8.7	0.5	0.5	1.0
158	38.7	9.58	2109	5.5	0.05	8.5	18.4	5.3	455	14.5	7
151	15.2	1.97	3267	1.1	2.95	26.2	50.1	7.7	1952	1.3	8.2
152x	9.1	0.9	661	1.3	4.98	0.5	46	0.5	2534	13.7	6.8
154	37.1	0.83	1095	0.4	0.11	5.1	5.6	0.5	138	3.2	3.2
155	72.8	0.41	694	2.5	0.5	3.1	11.7	17.2	319	4.3	2.6
36	22.9	2.48	322	1.6	3.23	23.3	17.4	33.4	738	118.6	7.2
38	38	2.23	556	0.8	3.16	23.3	16.1	40.7	704	21.4	6.5
SAMPLE	Sc	Sm	Sn	Sr	Ta	Ti	U	V	Y	Zn	Zr
43	4.0	0.1	2.3	393	5.2	593	1.0	101.8	6.9	224	126
44	10.2	3.5	6.7	567	1.5	3249	1.0	107.7	21.4	183	202
46	18.6	3.5	3.8	230	5.5	3768	1.0	272.0	26.0	415	151
49	8.6	0.5	6.5	144	2.2	2716	1.0	143.1	12.5	196	150
144	9.2	4.4	8.8	414	4.8	6668	1.1	209.0	18.5	171	238
145	0.9	0.4	1.0	365	0.8	209	1.0	44.1	6.0	143	25
147	8.0	1.3	2.4	197	5.2	1841	1.0	86.9	26.3	123	77
149	3.7	0.1	1.0	60	1.0	378	1.0	16.8	6.5	108	25
158	5.5	1.8	11	512	0.4	1777	1	64.2	13.4	147	110
151	8.9	5.3	7.1	322	4.8	6739	1	151.6	38.7	165	337
152x	7.5	3.6	8.6	302	6.8	7451	9.1	114.5	34.4	199	472
154	2.3	0.1	2.6	117	1	729	1	56.5	5	128	46
155	4	0.1	1	113	0.8	1037	1	39	8.2	122	65
36	7.5	0.2	1.7	504	7	3734	1	127.1	3.5	405	181
38	5.8	2.9	5.8	550	3.8	4048	1.1	119.2	3.4	189	242

جدول (۳-۷۸) : نتیجه آنالیز جذب اتمی (a) ، اسپکتروفوتومتری (b) و (c) نمونه‌های مسیر پیمایش M-1

(a)

SAMPLE	Content Unit : ppm Au ( ppb )									
	Ag	As	Cu	Mo	Pb	Sb	W	Zn	Au	Hg
45	0.1	5.3	10	1.60	8.9	2.8	2.3	71	2.3	0.05
48	0.1	46.5	217	1.53	28.7	8.6	6.2	93	2.1	4.34
143	0.1	3.0	73	0.71	2.5	1.8	1.1	54	1.9	0.05
150	0.1	4.3	54	0.51	8.4	2.1	1.5	77	1.7	0.05
153	0.1	2.6	69	0.15	4	3.3	0.5	46	2.6	0.05
37	0.1	17.6	29	0.42	9.8	2.9	2.2	75	1.7	0.05
39	0.1	17.6	29	0.15	55.4	2.9	1.8	94	2.1	0.05
42	0.1	3.3	31	0.97	15.5	2.7	1.6	77	2.1	0.05

(b)

SAMPLE_NO	%SiO <sub>2</sub>	%Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%CaO	%MgO	%P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	%TiO <sub>2</sub>	%Na <sub>2</sub> O	%K <sub>2</sub> O	%MnO
Sh-41	53	16	7	7	1	1	1	4	4	0

(c)

SAMPLE_NO	AU(ppb)
43x	2.7

بررسی نتایج نمونه‌های شماره SH-44, SH-46, SH-147 نشان می‌دهند که این ناحیه برای عنصر مس که عمدتاً کانی سازی از نوع مالاکیت آنومالی دارد و با دایک‌های منطقه مرتبط است که می‌توان با روش‌های ژئوفیزیک عمیق کانی‌سازی را مشخص نمود. نتیجه مطالعه XRD نمونه شماره SH-47 حاکی از وجود آتراسیون کائولینیتی است که می‌توان جهت استفاده از خاک صنعتی مورد بهره برداری قرار گیرد.

### ۳-۲-۲- مسیر پیمایش M-2 (معدن مس شدادی مهرخش)

مسیر پیمایش M-2 در غرب برگه ۱:۵۰۰۰۰ مهرخش و در محدوده معدن شدادی مهرخش واقع شده است. نقطه شروع پیمایش دارای مختصات "۳۶°۱۶'۵۸" طول شرقی و "۳۳°۲۸'۳۸" عرض شمالی می‌باشد. راه دسترسی از طریق جاده سه قلعه به بیرجند (بعد از طی ۱۵ کیلومتر) با عبور از چاه زرین، چاه مزار، چاه خوشنری، چاه کریم داد، چاه گل کز به دق گچ بند است. مسیر این پیمایش در شکل (۳-۳۰) نشان داده شده است.



لیتلولژی عمده محدوده پیرامون این مسیر پیمایش شامل، سری سنگهای ولکانیکی ائوسن میانی. توف سبز (<sup>۱</sup>Pg) این واحد برابر با سازند کرج در البرز می‌باشد که در منطقه بخوبی بررسی شده است. ستبرای آن گوناگون بوده ولی بطور کلی به ۱۰۰۰ متر می‌رسد. به جز چینه بندی منظم، نشانه‌های قانع کننده دیگری در پیوند با خاستگاه زیر دریائی بودن آن وجود ندارد. توف‌های سبز ترکیب داسیتی دارد و در زیر میکروسکوپ بافت پورفیرو کلاستیک از خود نشان می‌دهد. در آنها فنوکلاست‌هایی با درصد حجمی٪ ۴۰ – ۴۵ شامل بلور‌های پلاژیوکلاز، پیروکسن، بیوتیت و شاردهای شیشه است که در ماتریکسی از شیشه متبلور (۵۰٪ – ۵۵٪) جای گرفته‌اند. در سوی خاوری منطقه درست در جنوب خاوری برج سرگیلو، سریهای سبز به یک ردیف ستبر از مارن گچ دار سبز رنگ، ماسه سنگ با لایه بندی خوب و قرمز رنگ، گل سنگ و کنگلومراخ ریزدانه (Pg<sup>5</sup>) تبدیل می‌شود که ضخامت آن به ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ متر می‌رسد. این واحد با واحد کنگلومراخ بالای خود (Pg<sup>c</sup>) همبrijی تدریجی نشان می‌دهد. کنگلومراخ تیپ (Pg<sup>c</sup>) شامل تکه‌های ماسه سنگ (ریزتا متوسط دانه – ۳۰٪)، سنگ‌های با ترکیب داسیتی و ضخامت ۱۰ متر (Pg<sup>p</sup>) در واحد Pg<sup>s</sup> جایگیر شده است که در شکل (۳۱-۳) نشان داده شده است. بر اساس مطالعات ژئوشیمیایی آنومالی این محدوده در اولویت اول اکتشافی گزارش شده است. طی بررسی‌های صحرایی از مسیر پیمایش 2-M، اقدام به برداشت (۶) نمونه شد که فهرست این نمونه‌ها بهمراه موقعیت محل برداشت و نوع آنالیزهای انجام گرفته در جدول (۷۹-۳) آورده شده است. خاطر نشان می‌نماید که از این تعداد (۱) نمونه جهت مطالعه مقاطع میکروسکوپی، (۲) نمونه جهت آنالیز ICP و (۲) نمونه جهت آنالیز Fire Assay مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آنالیزهای صورت گرفته در جداول (۸۱-۳) تا (۸۲-۳) ارائه شده است.

در معدن شدادی مهر رخش (شکل ۳۶-۳) کانه سازی از نوع ملاکیت به صورت رگه‌ای در داخل آندزیت‌ها دیده می‌شود. تعداد این رگه‌ها به سه عدد می‌رسد و در چهار نقطه کارگاه استخراجی قابل مشاهده است. البته معدن مذکور فعال نیست. لذا یکسری کارهای اکتشافی شامل حفر چاهک و ترانشه بر روی این معدن انجام گرفته است که متأسفانه اطلاعات اکتشافی آن در دست نمی‌باشد. از داخل رگه‌ها نمونه‌های شماره SH-212 و SH-213 برداشت شدند.

در شمال معدن شدادی مس مهر رخش و در داخل آندزیت‌ها (شکل ۳۶-۳)، رگه‌ای از جنس سیلیس به صورت جوش خورده است (شکل ۳۷-۳). اکثراً آندزیت از اکسیدهای آهن غنی‌سازی شده ولی اثر کانی‌سازی عناصر دیگر مشهود نیست. کانی‌سازی اپیدوت در بعضی از قسمت‌ها مشهود است. با توجه به بررسی‌هایی که در منطقه انجام گرفته این



کانی‌سازی بیشتر منطبق بر زون گسلی است. روند گسل، جنوب غرب به شمال شرق می‌باشد. با بررسی دامنه شمالی آن نیز، در فاصله ۲-۱/۵ کیلومتری کانی‌سازی دیده می‌شود.



شکل (۳۶-۳): کنده کاری شدادی در داخل معدن مهر رخش (دید به سمت شمال)



شکل (۳۷-۳): دایک سیلیس دارای اکسید آهن شمال معدن مهر رخش



در شمال معدن شدادی مس مهرخش، یک واحد آندزیت آمفیبول است (اشکال ۳۸-۳ و ۳۹-۳) که در داخل آن کانی‌سازی مس اکثراً به صورت ملاکیت است که نمونه‌های شماره SH-215, SH-214 از این واحد برداشت شدند. لازم به ذکر است که در نقطه ۳۶۶۲۵۰۱ - ۶۲۰۸۸۴ چند چاه قدیمی است که در گذشته برای استخراج کانی ملاکیت استفاده می‌شده است، ولی در حال حاضر اکثراً پر شده‌اند.

جدول (۳-۷۹) : لیست اسامی نمونه‌های سنگی مسیر پیمایش M-2


مختصات نمونه (UTM)		نوع آنالیز	شماره	ردیف
Y	X			
3666470	617848	ICP	SH-212	۱
3667634	620353	THIN	SH-214X	۳
3666861	620545	Fire Assay	SH-214	۴
3668504	620884	ICP	SH-215	۵
3667511	617772	Fire Assay	Sh-213	۶



شکل (۳۸-۳): آندزیت‌های آمفیبول دار شمال معدن مهرخش (دید به سمت شرق)



شکل (۳۹-۳): محل کنده کاری‌ها در آندزیت‌های آمفیبول دار (دید به سمت جنوب)

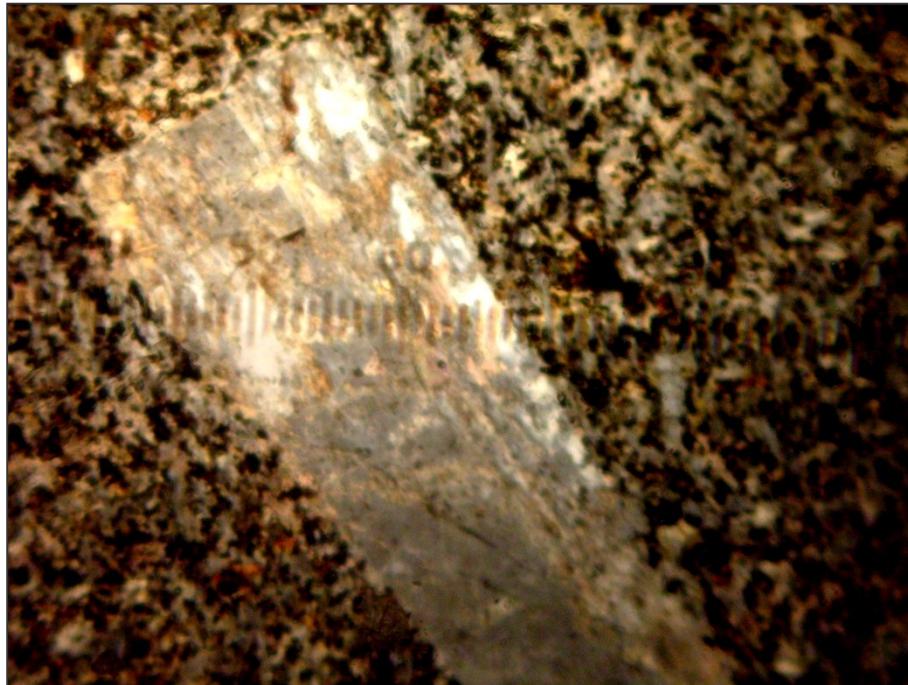

شکل (۳-۴): تصویری از مقطع نازک نمونه شماره SH-214X

جدول (۳-۸۰) : مشخصات مقطع نازک نمونه شماره SH-214X

ردیف	شماره مقطع	مشخصات مقطع نازک نمونه شماره SH-214X
۱	کانی‌های اصلی	پلازیوکلاز در اندازه درشت و در زمینه سنگ فراوان، هورنبلند بازالتی که اغلب به مگنزیت آلتراه شده و پسودومورف آن‌ها قابل مشاهده است، کانی‌های اوپک، اولیوین آلتراه شده، فلدسپات پتاسیم
۲	کانی‌های فرعی	کانی‌های فلزی نسبتاً فراوان
۳	کانی‌های آلتراسیونی	کربنات، کلریت، بیوتیت، کانی‌های اوپک، سرسیت، کائولن
۴	بافت سنگ	بورفیری (GolomeroPorphyry) گلومروپورفیری (Porphyry)
۵	نام سنگ	آنزیت-یازالت



جدول (۸۱-۳) : نتیجه آنالیز ICP نمونه‌های مسیر پیمایش M-2

SAMPLE	Content Unit : ppm Au (ppb)										
	Au	W	Sb	Bi	Ag	Al2O3%	As	Ba	Be	CaO%	Cd
212	1.9	0.75	1.89	0.63	2.1	4.3	213.5	8323	0.8	0.2	0.5
215	3.2	0.50	0.81	0.20	5.6	6.8	13.8	1667	0.2	24.0	0.6
SAMPLE	Co	Cr	Cu	Dy	Eu	Fe2O3%	Ga	Gd	Hf	K2O%	La
212	7.7	101.5	23941.2	2.9	0.1	3.5	15.6	1.1	36.2	0.01	8.4
215	6.1	35.3	11787.8	5.8	1.1	5.6	0.1	2.2	6.8	0.45	24.5
SAMPLE	Li	Mg	MgO%	Mn	Mo	Na2O%	Nb	Nd	Ni	Pb	Pr
212	92.3	534.314	0.05	72	6.4	0.04	0.7	10.8	0.5	44.4	3.4
215	46.4	29199.5	2.92	4034	3.9	0.44	9.6	3.6	7.1	24.5	6.3
SAMPLE	Sc	Sm	Sn	Sr	Ta	Ti	U	V	Y	Zn	Zr
212	3.5	0.1	1.9	308	0.2	2113	1.0	40.9	5.8	119	78
215	7.0	3.9	3.6	359	4.8	1273	1.0	83.0	15.5	37	25

جدول (۸۲-۳) : نتیجه آنالیز Fire Assay نمونه‌های مسیر پیمایش M-2

SAMPLE	Au(ppb)
214	3.2
213	2.4

نتایج نمونه فوق حاکی از کانی سازی مس در محدوده معدن شدادی مس مهررخش است. نمونه شماره SH-212 حاوی (۲۳۹۴۱ ppm) مس است و همچنین در محدوده آندزیت‌های آمفیبول‌دار، کانی سازی مس به صورت مالاکیت در داخل سنگ دیده می‌شود، نمونه شماره SH-215 (۱۱۷۸۷ ppm) را برای مس نشان می‌دهد که می‌توانند به عنوان محدوده امید بخش مد نظر قرار گیرند.

### M-3-۳-۳-۳-۳

مسیر پیمایش M-3 در شمال شرقی برگه ۱:۵۰،۰۰۰ مهر رخش واقع شده است. نقطه شروع پیمایش دارای مختصات "۱۲° ۲۰' ۵۸" طول شرقی و "۴۱° ۸' ۳۳" عرض شمالی می‌باشد. راه دسترسی از طریق جاده سه قلعه به بیرجند، (بعد از طی ۱۵ کیلومتر) با عبور از چاه زرین، چاه مزار و چاه خوشنری، چاه کریم داد، چاه گل کز به دق گچ بند و سپس به یک معدن شدادی رسید. مسیر این پیمایش در شکل (۳۰-۳) نشان داده شده است.



لیتلولژی عمده در این منطقه شامل، نهشته های ولکانوکلاستیک ( $Pg^{tb}$ ,  $Pg^{at}$ ) - واحدهای  $Pg^{tb}$  شامل ردیفی سبک از آگلومرا با لایه بندی ضعیف، پیروکلاستیک و توف است که با جریان های ناپیوسته از گدازه های بازیک بصورت میان لایه ای قرار دارند. این گدازه ها با ترکیب آندزیتی تا بازالتی شامل بلور های بیگانه (Xenocrysts) از کوارتز با هاله واکنشی پیروکسن هستند که گواه بر آلایش مagma با مواد سیالیک پیوسته در راه خود به سطح زمین می باشند. واحدهای ( $Pg^{tb}$ ) و ( $Pg^{at}$ ) در جنوب و جنوب خاوری منطقه برداشت بروند دارند و سبک از آنها در شکسته دیوار به بیش از ۲۰۰۰ متر می رسد. افزون بر تکه های گوناگون سنگی، اسفلولیت های ولکانیکی نیز دیده می شوند که احتمالاً وجود یک محیط زیر دریائی انتقالی را برای این واحدها مطرح می نمایند.

بر پایه گواه های زمین شناسی مانند تغییرات جانبی (از نوع تغییرات بین انگشتی و همبrij تدریجی)، نوع وابستگی همزمانی میان واحد های سنگی  $Pg^t$ ,  $Pg^{tb}$ ,  $Pg^{at}$  وجود دارد. در شکل (۳۱-۳) وضعیت زمین شناسی نشان داده شده است.

مطالعات ژئوشیمیایی آنومالی خاصی را در محدوده نشان نمی دهد. طی بررسی های صحرایی از مسیر پیمایش M-3، اقدام به برداشت ۶ نمونه شد. فهرست این نمونه ها بهمراه موقعیت محل برداشت و نوع آنالیز های انجام گرفته در جدول (۳-۳) آورده شده است. خاطر نشان می نماید که از این تعداد، (۴) نمونه جهت آنالیز ICP، (۱) نمونه جهت آنالیز جذب اتمی و (۱) نمونه جهت آنالیز Fire Assay مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آنالیز های صورت گرفته در جداول (۳-۸۴) تا (۳-۸۶) ارائه شده است.

جدول (۳-۸۳) : لیست اسامی نمونه های سنگی مسیر پیمایش M-3

مختصات نمونه (UTM)		نوع آنالیز	شماره	ردیف
Y	X			
3685842	628804	ICP	SH-217	۱
3667587	625924	Fire Assay	SH-218	۲
3662200	631691	ICP	SH-219	۳
3662201	631695	ICP	SH-220	۴
3662104	631616	AAS	SH-221	۵
3662491	631499	ICP	SH-222	۶



در مسیر پیمایش M-3 در داخل دشت (دق‌حوض) تعداد (۵) تا (۶) عدد کوره شدادی است که از این کوره‌های شدادی نمونه شماره SH-217 برداشت شد (شکل ۳-۴).



شکل (۳-۴): محل کوره شدادی وسط دق بیرک (دید به سمت غرب)

با توجه به توضیحات ساکنان بومی این منطقه و بررسی‌های انجام شده، کوره‌ها اکثراً در جاهایی احداث می‌شدند که پوشش گیاهی از نوع بوته گون بوده و نزدیک به آب انبارها قرار داشته باشند. سنگ معدن پس از استخراج بوسیله شترها به کوره حمل می‌شدند که اکثراً تا محل کنده‌کاری‌ها (۲) تا (۳) کیلومتر فاصله دارند. نقطه ۶۲۸۸۰۴-۳۶۸۵۸۴۲ در نقطه ۳۶۸۷۸۹۹-۶۲۶۳۱۳، معروف به محدوده رشیدی، یک کوره شدادی وجود دارد که مقدار زیادی کنده کاری و چاهک اکتشافی و ترانشه در آن به چشم می‌خورد و از اینرو نمونه شماره SH-218 برداشت شده است.

اکثراً در سطح آندزیت‌ها کانی‌هایی در حد اپیدوت و کلریت دیده می‌شود. با ادامه مسیر پیمایش، تعدادی رگه‌های سیلیسی مشهود بود، ولی اثری از کانی‌سازی در آن‌ها رویت نشد.



در نقطه ۳۶۶۲۴۲۹-۳۶۳۱۷۰۰ به یک کنده‌کاری شدادی رسیده که در آن آثاری از کانی‌سازی (به حد ملاکیت و کرویزوکل) است. در ادامه مسیر چهار کنده‌کاری دیگر نیز دیده شد که اکثراً کانی‌سازی منطقه (کانی‌های ملاکیت و زئولیت)، مربوط به نفوذ یک دایک از جنس آندزیت با بلورهای درشت تر و زئولیت دار است (شکل ۴۲-۳) که در داخل آندزیت‌های قبلی نفوذ کرده است. نمونه‌های شماره SH-219، SH-220 و SH-221 از کنده‌کاری‌ها برداشته شدند. سرانجام در داخل آندزیت‌ها مقداری کانی‌سازی مس رویت گردید و نمونه SH-222 برداشته شد.



شکل (۴۲-۳): زئولیت کوارتز در داخل آندزیت که بشدت خرد شده است.



شکل (۳-۴۳): کنده‌کاری شدادی در سنگهای آندزیتی منطقه (دید به سمت غرب)

جدول (۳-۸۴) : نتیجه آنالیز ICP نمونه‌های مسیر پیمایش M-3

SAMPLE	Content Unit : ppm Au ( ppb )										
	Au	W	Sb	Bi	Ag	Al2O3%	As	Ba	Be	CaO%	Cd
SH-217	48.0	7.13	2.82	0.20	4.5	13.4	64.5	605	1.6	6.8	0.5
SH-219	1.9	0.50	0.50	0.20	0.7	15.2	0.0	273	0.5	9.0	1.3
SH-220	2.0	0.50	0.50	0.20	2.1	16.9	2.2	270	0.6	7.6	1.9
SH-222	2.0	0.50	0.50	0.20	0.5	16.0	1.0	296	0.5	8.9	0.1
SAMPLE	Co	Cr	Cu	Dy	Eu	Fe2O3%	Ga	Gd	Hf	K2O%	La
SH-217	7.0	32.3	5332.2	2.7	1.3	5.5	21.1	2.8	4.9	3.42	28.0
SH-219	24.4	56.1	82.7	8.7	2.7	12.9	19.9	8.6	4.1	1.46	15.0
SH-220	20.7	47.2	19752.3	11.6	2.6	11.1	21.6	5.6	5.0	1.71	17.5
SH-222	22.1	31.7	105.2	9.6	2.2	13.2	21.8	7.4	3.8	1.58	19.8
SAMPLE	Li	S	MgO%	Mn	Mo	Na2O%	Nb	Nd	Ni	Pb	Pr
SH-217	32.8	714	1.49	807	2.2	4.08	14.9	20.5	15.4	75.9	5.9
SH-219	23.3	303	5.30	1241	0.1	2.99	37.2	18.8	29.2	22.2	13.1
SH-220	25.9	327	5.90	1258	0.1	3.45	50.4	18.6	21.8	33.1	11.5
SH-222	12.9	355	4.39	1185	0.3	3.07	42.7	18.9	18.5	10.4	13.3
SAMPLE	Sc	Sm	Sn	Sr	Ta	Ti	U	V	Y	Zn	Zr
SH-217	5.8	4.9	14.3	532	2.5	2533	1.6	69.6	15.8	113	106
SH-219	25.8	9.4	7.1	448	9.1	6842	2.3	310.5	34.2	82	149
SH-220	33.7	6.2	5.5	377	9.0	6167	2.0	371.0	38.8	70	146
SH-222	27.2	8.2	7.3	466	9.8	6775	3.7	297.2	42.3	61	166



جدول (۳-۸۵) : نتیجه آنالیز جذب اتمی نمونه‌های مسیر پیمایش M-3

SAMPLE	Content Unit : ppm Au ( ppb )									
	Ag	As	Cu	Mo	Pb	Sb	W	Zn	Au	Hg
SH-221	0.1	0.7	59	0.29	1.5	3.0	1.3	80	3.2	0.05

جدول (۳-۸۶) : نتیجه آنالیز Fire Assay نمونه‌های مسیر پیمایش M-3

SAMPLE	Au(ppb)
SH-218	2.9

با بررسی نتایج نمونه شماره SH-217 که از سرباره کوره شدادی برداشته شده است مس به میزان (۵۳۳۲ ppm) قابل بررسی می باشد و نمونه شماره 220-SH که از محل کار شدادی برداشت شده است، غنی سازی مس به میزان (۱۹۷۵۲/۳ ppm) را نشان می دهد. می توان به عنوان یک اولویت این منطقه را مورد توجه قرار داد.

#### M-4-۳-۳ - مسیر پیمایش

مسیر پیمایش M-4 در شمال مرکزی برگه ۱:۵۰،۰۰۰ مهررخش واقع شده است. نقطه شروع پیمایش دارای مختصات "۳۹° ۳۹' ۱۹'" طول شرقی و "۳۳° ۳۹' ۵۸'" عرض شمالی می باشد. راه دسترسی از طریق جاده سه قلعه به بیرجند (بعد از طی ۱۵ کیلومتر) و با عبور از چاه زرین، چاه مزار، چاه خوشتری، چاه کریم داد، چاه گل کز، دق گچ بند و کوه شکسته مهررخش است. مسیر این پیمایش در شکل (۳-۳) نشان داده شده است.

لیتولوژی عمده در این منطقه جریان های گدازه با وابستگی ترکیب شوشوونیتی ( $Pg^{sh}$ ) سنگ های شوشوونیتی بهمراه دیگر سنگ های ولکانیکی، محدوده ای بزرگ را در جنوب منطقه برداشت در بر می گیرند و اغلب با واحدهای  $Pg^t$ ,  $Pg^{at}$ ,  $Pg^{tb}$  وابستگی نزدیک به شیوه بین انگشتی دارند. ویژگی این سنگ ها بافت مگاپورفیریتیک با درشت بلورهای از پلاژیوکلاز، پیروکسن و اولیوین در زمینه ای ریز دانه از همین کانی هاست. بعلت هموار قرار گرفتن ردیفهای سنگ ها و یکنواختی ترکیب کانی های آنها، جدایش گونه های مختلف سنگ از یکدیگر ناممکن است. از اینرو بر پایه داده های ژئوشیمیائی می توان آنها را به گونه های آبساروکیت، شوشوونیت و باناکیت تقسیم نمود. در شکل (۳-۳) وضعیت زمین‌شناسی منطقه نشان داده شده است.



بر اساس مطالعات ژئوشیمیایی آنومالی این محدوده در اولویت اول اکتشافی گزارش شده است. طبق بررسی های صحرا ای از مسیر پیمایش M-4 ، اقدام به برداشت (۵) نمونه شد. فهرست این نمونه ها بهمراه موقعیت محل برداشت و نوع آنالیز های انجام گرفته در جدول (۸۷-۳) آورده شده است. خاطر نشان می نماید که از این تعداد ، (۲) نمونه جهت تهیه و بررسی مقاطع نازک و (۲) نمونه جهت آنالیز جذب اتمی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آنالیز های صورت گرفته در جداول (۹۰-۳) و (۹۱-۳) ارائه شده است.

جدول (۸۷-۳) : لیست اسامی نمونه های سنگی مسیر پیمایش M-4

مختصات نمونه (UTM)		نوع آنالیز	شماره	ردیف
Y	X			
3661485	631911	AAS	SH-223	۱
3661682	631673	THIN	SH-224	۲
3659327	628694	AAS	SH-225	۳
3659449	628949	ICP	SH-226	۴
3659447	628951	THIN	SH-226x	۵

مسیر پیمایش M-4 بر روی واحدهای سنگی آندزیتی انجام گرفت. در این مسیر، یک دایک که تشکیل شده از

آندزیتی پورفیری با بلورهای پراکنده پیروکسن که فاقد کانی سازی است، رخنمون داشت و نمونه شماره SH-224

تهیه مقطع نازک از آن انتخاب شد. طی ادامه پیمایش، یک واحد آگلومرا در بالای سنگ های آندزیتی بروند داشت که


فاقد کانی سازی است با این حال کانی های کلریت و اپیدوت در داخل این واحد آگلومرائی رویت شد.

در ادامه مسیر پیمایش، یک واحد توف سبز رنگ دیده می شود. بعد از گذشت از واحد توف سبز رنگ به واحدهای

آندزیتی رسیده که در داخل آنها کانی سازی مشاهده شده است و از اینرو، نمونه شماره SH-255 برای بررسی های بیشتر

جهت آنالیز جذب اتمی برداشته شد. نمونه های شماره SH-226x و SH-226 نیز از آندزیت های داخل پیروکسن ها


برداشت شدند.

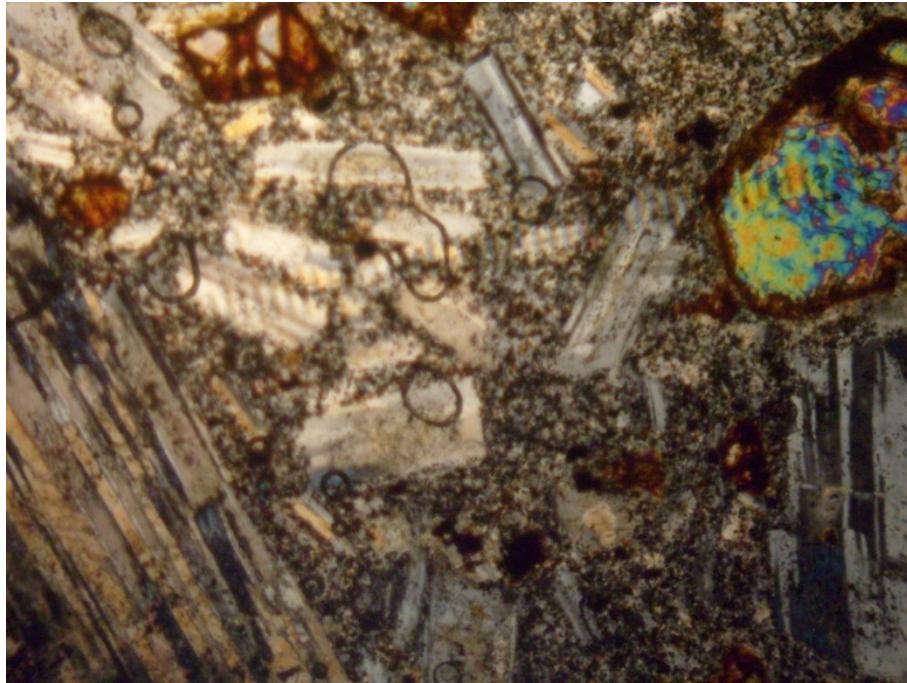

شکل (۴۴-۳): تصویر میکروسکوپی از مقطع نازک نمونه شماره SH-224

جدول (۸۸-۳) : مشخصات مقطع نازک نمونه شماره SH-224

ردیف	شماره مقطع	SH-224
۱	کانی‌های اصلی	پلاژیوکلاز به صورت فنوکریست و به صورت ریز در ماتریکس، کلینوپیروکسن (اوژیت)، الیوین آلترا شده که پسودومورف آن‌ها مشخص می‌باشد، کانی‌های اوپک
۲	کانی‌های فرعی	-
۳	کانی‌های آلتراسیونی	کربنات، آمفیبول که در اثر اورالیتیزاسیون حاصل شده‌اند، کلریت، کانی‌های اوپک، کانی‌های گروه اپیدوت
۴	بافت سنگ	پورفیری - Porphyry
۵	نام سنگ	-

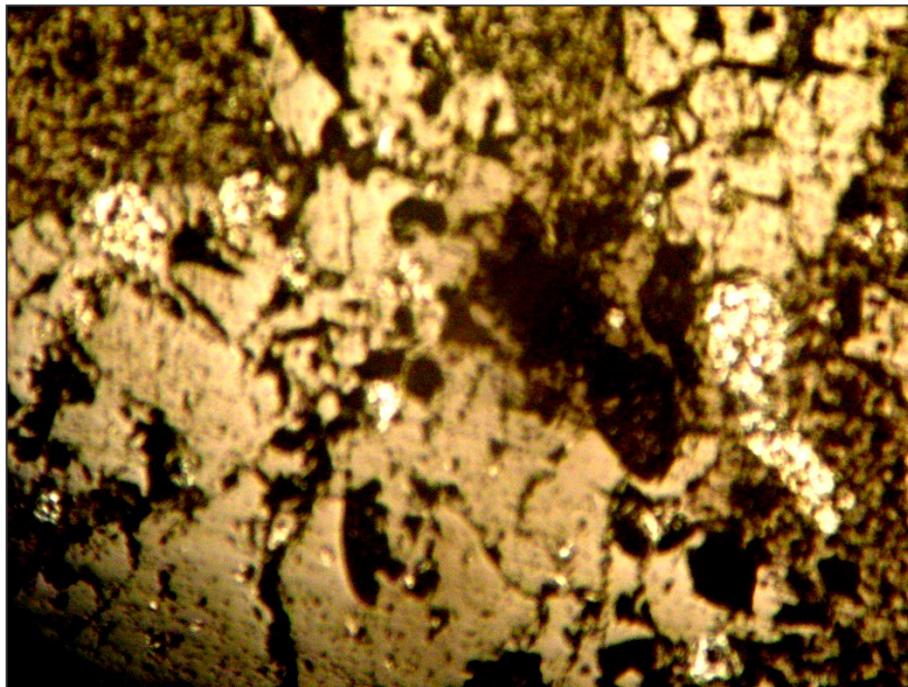

شکل (۳-۴۵): تصویر میکروسکوپی از مقطع نازک نمونه شماره SH-226x

جدول (۳-۸۹) : مشخصات مقطع نازک نمونه شماره SH-226x

ردیف	شماره مقطع	SH-226x
۱	کانی‌های اصلی	پلاژیوکلاز، کلینوپیروکسن، کانی‌های اوپک، پلاژیوکلازهای فنوکریست اغلب آلترا شده، در برخی از کلینوپیروکسن‌ها صورت گرفته است، ارتوپیروکسن نیز دیده می‌شود.
۲	کانی‌های فرعی	(Apatite)
۳	کانی‌های آلتراسیونی	حرفات سنگ توسط کانی‌های مختلف مانند کوارتز و سیلیس پر شده‌اند. کربنات، سرسیت، آمفیبول، بیوتیت
۴	بافت سنگ	پورفیری (Porphyry)
۵	نام سنگ	آندزیت



جدول (۹۰-۳) : نتیجه آنالیز ICP نمونه‌های مسیر پیمایش 4

SAMPLE	Au	W	Sb	Bi	Ag	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> %	As	Ba	Be	CaO%	Cd	Content Unit : ppm Au ( ppb )											
												Co	Cr	Cu	Dy	Eu	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> %	Ga	Gd	Hf	K <sub>2</sub> O%	La	
SH-226	4.6	0.50	0.50	0.20	0.7	11.1	7.4	50	0.7	5.7	2.3												
SAMPLE	Co	Cr	Cu	Dy	Eu	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> %	Ga	Gd	Hf	K <sub>2</sub> O%	La												
SH-226	4.9	26.9	62.5	1.8	1.0	3.6	4.9	0.6	1.9	0.19	12.1												
SAMPLE	Li	Mg	MgO%	Mn	Mo	Na <sub>2</sub> O%	Nb	Nd	Ni	Pb	Pr												
SH-226	99.3	9684.45	0.97	802	0.0	1.15	8.2	7.5	5.8	15.1	4.1												
SAMPLE	Sc	Sm	Sn	Sr	Ta	Ti	U	V	Y	Zn													
SH-226	3.8	4.7	3.4	172	2.0	1731	1.0	63.5	9.2	47													

جدول (۹۱-۳) : نتیجه آنالیز جذب اتمی نمونه‌های مسیر پیمایش 4

SAMPLE	Ag	As	Cu	Mo	Pb	Sb	W	Zn	Au	Hg	Content Unit : ppm Au ( ppb )											
											Ag	As	Cu	Mo	Pb	Sb	W	Zn	Au	Hg		
SH-223	0.1	1.0	47	0.32	1.0	3.6	0.6	64	2.1	0.06												
SH-225	0.1	0.9	35	0.07	4.2	2.9	1.2	81	1.9	0.05												

با توجه به نتایج آنالیز نمونه ها، محدوده مورد پیمایش فاقد کانی‌سازی معرفی می‌گردد.

### M-۳-۵-۵-مسیر پیمایش 5

مسیر پیمایش M-5 در شمال شرق برگه ۱:۵۰،۰۰۰ مهر رخش واقع شده است. نقطه شروع پیمایش دارای مختصات ۲۹° ۲۶' ۵۸" طول شرقی و ۷۰° ۳۳' عرض شمالی می‌باشد. راه دسترسی از طریق جاده سه قلعه به بیرجند (بعد از طی ۱۵ کیلومتر) و با عبور از چاه زرین، چاه مزار، چاه خوشنری، چاه کریم داد، چاه گل کز و دق گچ بند به کوه شکسته دیوار است. مسیر این پیمایش در شکل (۳۰-۳) نشان داده شده است.

لیتولوژی محدوده شامل نهشته های ولکانوکلاستیک (Pg<sup>at</sup>, Pg<sup>t<sup>b</sup></sup>). واحدهای Pg<sup>at</sup> و Pg<sup>t<sup>b</sup></sup> شامل ردیفی ستبر از آگلومرا بالایه‌بندی ضعیف، پیروکلاستیک و توف است، که با جریان های ناپیوسته از گدازه های باریک بصورت میان لایه‌ای قرار دارند. این گدازه ها با ترکیب آندزیتی تا بازالتی شامل بلور های بیگانه (Xenocrysts) از کوارتز با هاله واکنشی پیروکسن هستند که گواه بر آلایش ماقما با مواد سیالیک پیوسته در راه خود به سطح زمین می‌باشند. واحدهای



$Pg^{tb}$  و  $Pg^{at}$  در جنوب و جنوب خاوری منطقه برداشت، بروزد دارند و ستبرای آنها در شکسته دیوار به بیش از ۲۰۰۰ متر می‌رسد. افزون بر تکه های گوناگون سنگی، اسفروولیت های ولکانیکی نیز دیده می‌شوند که احتمالاً وجود یک محیط زیر دریائی انتقالی را برای این واحد ها مطرح می‌نمایند.

بر پایه گواههای زمین‌شناسی مانند تغییرات جانبی (از نوع تغییرات بین انگشتی و همبrij تدریجی)، نوع وابستگی

همزمانی میان واحد های سنگی  $Pg^{tb}$ ,  $Pg^{at}$  وجود دارد.

بر اساس مطالعات ژئوشیمیایی، آنومالی این محدوده در اولویت پنج اکتشافی گزارش شده است. از مسیر پیمایش M-5، اقدام به برداشت (۵) نمونه شد. فهرست این نمونه‌ها بهمراه موقعیت محل برداشت و نوع آنالیزهای انجام گرفته در جدول (۳-۹۲) آورده شده است. خاطر نشان می‌نماید که از این تعداد، (۱) نمونه جهت آنالیز ICP و (۴) نمونه جهت آنالیز جذب اتمی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آنالیزهای صورت گرفته در جداول (۳-۹۳) و (۳-۹۴) ارائه شده است.

در ابتدای مسیر پیمایش M-5، یک معدن قدیمی شدادی در واحدهای آندزیتی قرار داشت. این معدن بصورت یک توپل است که دهانه این توپل ریزش نموده است و رفتن به داخل آن امکان پذیر نمی‌باشد. کانی‌سازی در داخل معدن بصورت برش گسلی و از نوع ملاکیت است. نمونه‌های شماره SH-227,SH-228,SH-229 از دهن، رگه و دیواره معدن برداشته شدند. در ادامه پیمایش به یک توده سنگ بازالت رسیده که بسیار خرد شده است و نمونه های شماره SH-229,SH-230 از آن برداشت شدند. البته خاطر نشان می‌نماید که با توجه به خردشگی زیاد واحد بازالت تنها می‌توان جهت سنگ لاشه و پی ساختمان مورد استفاده قرار گیرد. در ادامه مسیر به یک چاه قدیمی رسیده که برای استخراج مس در گذشته استفاده می‌شده که در حال حاضر فعلاً پر شده است و آثاری از ملاکیت در اطراف این چاه بصورت پراکنده به چشم می‌خورد و نمونه شماره SH-231 از آن برداشته شده است.

جدول (۳-۹۲): لیست اسامی نمونه های سنگی مسیر پیمایش M-5

مختصات نمونه (UTM)		نوع آنالیز	شماره	ردیف
Y	X			
۳۶۶۶۳۰.۹	۶۳۴۲۲۶	AAS	SH-227	۱
۳۶۶۵۱۰.	۶۳۴۲۷۷	AAS	SH-228	۲
۳۶۶۶۳۹۲	۶۳۱۲۶۳	ICP	SH-229	۳
۳۶۶۶۴۳۰	۶۳۵۸۷۱	AAS	SH-230	۴
۳۶۶۵۰.۰	۶۳۹۶۹۰	AAS	SH-231	۵



جدول (۹۳-۳) : نتیجه آنالیز ICP نمونه‌های مسیر پیمایش M-5

Content Unit : ppm Au ( ppb )											
SAMPLE	Au	W	Sb	Bi	Ag	Al2O3%	As	Ba	Be	CaO%	Cd
SH-229	2.0	0.50	0.50	0.20	2.0	0.5	6.8	436	0.5	2.9	0.1
SAMPLE	Co	Cr	Cu	Dy	Eu	Fe2O3%	Ga	Gd	Hf	K2O%	La
SH-229	0.3	35.6	39069.9	1.2	0.5	1.3	7.1	2.0	1.4	0.01	1.2
SAMPLE	Li	Mg	MgO%	Mn	Mo	Na2O%	Nb	Nd	Ni	Pb	Pr
SH-229	5.3	683.022	0.07	464	1.9	0.03	0.5	0.5	2.4	9.6	2.0
SAMPLE	Sc	Sm	Sn	Sr	Ta	Ti	U	V	Y	Zn	
SH-229	1.8	1.6	2.9	45	1.0	57	1.0	20.9	2.1	33	

جدول (۹۴-۳) : نتیجه آنالیز جذب اتمی نمونه‌های مسیر پیمایش M-5

SAMPLE	Ag	As	Cu	Mo	Pb	Sb	W	Zn	Au	Hg
SH-227	2.4	10.8	16001	2.87	5.5	1.8	1.1	45	5.7	0.05
SH-228	3.0	56.5	16112	2.97	7.4	2.5	1.3	86	2.3	1.80
SH-230	0.1	3.0	172	0.38	6.9	2.8	1.5	49	2.4	0.05
SH-231	1.1	7.6	16155	2.05	15.9	2.2	1.7	153	2.7	0.11

با توجه به نتایج آنالیز نمونه‌های برداشته شده، معدن مذکور بین ۱/۶ تا ۳/۹ درصد مس را نشان می‌دهد و بعنوان یک محدوده امیدبخش می‌توان از آن نام برد.

### M-6-۳-۶-۳-مسیر پیمایش

مسیر پیمایش M-6 در شمال شرق نقشه ۵۰،۰۰۰:۱ مهررخش واقع شده است. نقطه شروع پیمایش دارای مختصات "۳۱° ۲۸' ۵۸" طول شرقی و "۳۴° ۱۰' ۳۳" عرض شمالی می‌باشد. راه دسترسی از طریق جاده سه قلعه به بیرجند (بعد از طی ۱۵ کیلومتر) بعد از گذشتن از چاه زرین، چاه مزار، چاه خوشنری، چاه کریم داد، چاه گل کز و دق گچ بند به کوه شکسته دیوار است. مسیر این پیمایش در شکل (۳۰-۳) نشان داده شده است.

لیتولوژی عمده در این منطقه شامل، نهشته های ولکانوکلاستیک (Pg<sup>at</sup>, Pg<sup>tb</sup>) و Pg<sup>tb</sup> شامل ردیفی از آگلومرا با لایه بندی ضعیف، پیروکلاستیک و توف است که با جریان های ناپیوسته از گذاره های باریک بصورت



میان لایه ای قرار دارند. این گدازه ها با ترکیب آندزیتی تا بازالتی شامل بلور های بیگانه (Xenocrysts) از کوارتز با هاله واکنشی پیروکسن هستند. واحدهای  $Pg^{at}$  و  $Pg^{tb}$  در جنوب و جنوب خاوری منطقه برداشت بروند دارند و ستبرای آنها در محل درشکسته دیوار به بیش از ۲۰۰۰ متر می رسد. افزون بر تکه های گوناگون سنگی، اسفلولیت های ولکانیکی نیز دیده می شوند که احتمالاً وجود یک محیط زیر دریائی انتقالی را برای این واحد ها مطرح می نمایند. در شکل (۳۱-۳) وضعیت زمین شناسی منطقه نشان داده شده است.

بر اساس مطالعات ژئوشیمیایی آنومالی این محدوده در اولویت دو اکتشافی گزارش شده است. طبق بررسی های صورت گرفته از مسیر پیمایش M-6، اقدام به برداشت (۴) نمونه شد. فهرست این نمونه ها بهمراه موقعیت محل برداشت و نوع آنالیز های انجام گرفته در جدول (۹۵-۳) آورده شده است. خاطر نشان می نماید که از این تعداد، (۱) نمونه جهت آنالیز ICP، (۲) نمونه جهت آنالیز جذب اتمی و (۱) نمونه جهت مطالعه XRD مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آنالیز های صورت گرفته در جداول (۹۶-۳) و (۹۷-۳) ارائه شده است.

جدول (۹۵-۳) لیست اسامی نمونه های سنگی مسیر پیمایش M-6

مختصات نمونه (UTM)		نوع آنالیز	شماره	ردیف
Y	X			
3672313	635933	ICP	SH-232	۱
3672465	635801	AAS	SH-233	۲
3672457	635731	AAS	SH-234	۳
3672320	635053	XRD	SH-235	۴

در مسیر پیمایش M-6 و در داخل سنگ های آندزیتی منطقه، دایکی با مشخصات ذیل رویت شد:

- طول: ۳۰۰ متر

- عرض: بین ۶-۵ متر

- امتداد: S15E

لازم به ذکر است در داخل این دایک (۶) اثر معدن کاری قدیمی مورد شناسایی قرار گرفت و نمونه های شماره SH-232,SH-233,SH-234 از این کنده کاری ها برداشته شدند. بزرگ ترین کنده کاری در این منطقه دارای عرض



(۷) متر، طول ۲۵ متر و عمقی در حدود (۲)-(۳) متر می باشد. در پایان این مسیر پیمایش، از معدن بنتونیتی که در مسیر بود، نمونه شماره SH-235 جهت آنالیز XRD انتخاب شد.

جدول (۳-۹۶): نتیجه آنالیز ICP نمونه های مسیر پیمایش 6-M

Content Unit : ppm Au ( ppb )											
SAMPLE	Au	W	Sb	Bi	Ag	Al2O3%	As	Ba	Be	CaO%	Cd
SH-232	2.4	0.50	6.08	0.49	77.3	14.2	150.6	379	0.1	0.4	0.1
SAMPLE	Co	Cr	Cu	Dy	Eu	Fe2O3%	Ga	Gd	Hf	K2O%	La
SH-232	25.2	30.3	129163.0	7.0	1.5	3.1	14.1	1.9	5.4	0.06	8.6
SAMPLE	Li	Mg	MgO%	Mn	Mo	Na2O%	Nb	Nd	Ni	Pb	Pr
SH-232	104.2	945.205	0.09	81	5.4	0.04	25.5	2.9	30.5	187.5	3.3
SAMPLE	Sc	Sm	Sn	Sr	Ta	Ti	U	V	Y	Zn	Zr
SH-232	14.3	3.4	5.5	43	4.1	5601	1.0	165.1	13.3	132	119

جدول (۳-۹۷): نتیجه آنالیز جذب اتمی نمونه های مسیر پیمایش 6-M

Content Unit : ppm Au ( ppb )										
SAMPLE	Ag	As	Cu	Mo	Pb	Sb	W	Zn	Au	Hg
SH-233	7.5	284.3	12152	3.29	63.2	8.5	2.9	255	3.0	2.73
SH-234	60.9	120.1	16126	3.66	92.4	16.8	2.9	228	5.6	1.70

با توجه به نتایج آنالیزهای نمونه های این مسیر پیمایش برای عنصر مس به میزان ( 129163.0 PPm ) غنی شدگی مشاهده می شود. لذا این منطقه به عنوان ناحیه امید بخش جهت عنصر مس معرفی می گردد. نتیجه XRD نمونه شماره SH-235 حاکی از وجود کانی بدليت (از خانواده کانی های رسی) می باشد که بعنوان يك پتانسيل بنتونيت تحت عنوان يك آنومالي درجه دو نياز به مطالعه و بررسی بيشتر دارد.

### ۳-۷-۴- مسیر پیمایش M-7

مسیر پیمایش 7 M-7 در شمال شرق برگه ۱:۵۰،۰۰۰ مهر رخش واقع شده است. نقطه شروع پیمایش دارای مختصات ۴۱° ۵۸' ۵۸'' طول شرقی و ۳۳° ۰' ۰۸'' عرض شمالی می باشد. راه دسترسی از طریق جاده سه قلعه به بیرجند (بعد از



طی ۱۵ کیلومتر) به چاه زرین، چاه مزار، چاه خوشنری و پس از عبور از چاه کریم داد، چاه گل کز، دق گچ بند به ارتفاعات سورک است. مسیر این پیمایش در شکل (۳۰-۳) نشان داده شده است.

لیتولوژی عمده در این منطقه شامل، نهشته های ولکانوکلاستیک ( $Pg^{at}$ ,  $Pg^{tb}$ ). واحدهای  $Pg^{at}$  و  $Pg^{tb}$  شامل ردیفی سبtra از آگلومرا بالایه بندی ضعیف، پیروکلاستیک و توف است که با جریان های ناپیوسته از گدازه های باریک بصورت میان لایه ای قرار دارند. این گدازه ها با ترکیب آندزیتی تا بازالتی شامل بلور های بیگانه (Xenocrysts) از کوارتز با هاله واکنشی پیروکسن هستند. واحدهای  $Pg^{at}$  و  $Pg^{tb}$  در جنوب و جنوب‌خاوری منطقه برداشت بروند دارند و ستبرای آنها در شکسته دیوار به بیش از ۲۰۰۰ متر می‌رسد. افزون بر تکه های گوناگون سنگی، اسفرومیت های ولکانیکی نیز دیده می‌شوند.

بر پایه گواههای زمین‌شناسی مانند تغییرات جانبی (از نوع تغییرات بین انگشتی و همبُری تدریجی)، نوع وابستگی همزمانی میان واحد های سنگی  $Pg^t$ ,  $Pg^{tb}$ ,  $Pg^{at}$  وجود دارد. در شکل (۳۱-۳) وضعیت زمین‌شناسی منطقه نشان داده شده است.

بر اساس مطالعات ژئوشیمیایی آنومالی این محدوده در اولویت دو اکتشافی گزارش شده است. طبق بررسی‌های صحرایی از مسیر پیمایش M-7، اقدام به برداشت (۷) نمونه شد. فهرست این نمونه‌ها بهمراه موقعیت محل برداشت و نوع آنالیزهای انجام گرفته در جدول شماره (۹۸-۳) آورده شده است. خاطر نشان می‌نماید که از این تعداد، (۱) نمونه جهت مطالعه مقاطع میکروسکوپی (۴) نمونه جهت آنالیز ICP، (۱) نمونه جهت آنالیز جذباتی و (۲) نمونه جهت آنالیز Fire Assay مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آنالیزهای صورت گرفته در جداول (۱۰۰-۳) تا (۱۰۲-۳) ارائه شده است.

جدول (۹۸-۳) : لیست اسامی نمونه های سنگی مسیر پیمایش M-7

مختصات نمونه (UTM)		نوع آنالیز	شماره	ردیف
Y	X			
3670165	634234	ICP	SH-236	۱
3669812	634565	Fire Assay	SH-237	۲
3670218	634359	ICP	SH-238	۳
3672661	634805	AAS	SH-239	۴
3672688	634551	ICP	SH-240	۵
3674686	635079	Fire Assay+THIN	SH-241	۶
3674715	635244	ICP	SH-242	۷



در این مسیر پیمایش تعداد (۳) کنده کاری است که اکثراً کانی‌سازی مس از نوع مالاکیت در آن‌ها انجام گرفته است. همچنین در این منطقه مقدار زیادی اکسید‌های آهن نیز دیده می‌شود و اقدام به نمونه‌برداری از این منطقه شد (نمونه‌های شماره SH-236 و SH-237). در سنگ‌های آندزیتی منطقه، ژاسپرهای قرمز دیده می‌شود که با ادامه دادن مسیر در نقطه ۳۶۷۰۰۲۰-۶۳۴۴۸۲ به یک رگه ژاسپر، به طول (۵) متر و عرض ۲۰-۱۰ سانتیمتر در داخل آندزیت‌ها برخورد شد. سپس در ادامه به یک برش سیلیسی رسیده که نمونه شماره SH-238 از آن برداشته شد. توف‌های منطقه مقداری آلتراسیون از خود نشان می‌دهند و نمونه شماره SH-239 از این توف‌ها برداشته شد. واحد اکلومرایی نیز در منطقه وجود دارد ولی فاقد کانی‌سازی است. در پایان مسیر پیمایش مذکور در داخل آندزیت‌های این منطقه، یک دایک سیلیسی قرار داشت که نمونه شماره SH-241 از آن برداشت شد. همچنین نمونه‌های شماره SH-240 و SH-242 از توف‌های برشی شده آندزیتی برداشت شد.



شکل (۳-۴۶): تصویر میکروسکوپی مقطع نازک نمونه شماره 241



جدول (۳) : مشخصات مقطع نازک نمونه شماره SH-241

ردیف	شماره مقطع	SH-241
۱	کانی‌های اصلی	کوارتز، قطعات سنگی مختلف، کربنات، سیمان اکسیدهای آهن، کوارتز که غالباً تبلور مجدد یافته‌اند
۲	کانی‌های فرعی	آپاتیت - Apatite
۳	کانی‌های آلتراسیوفنی	کلریت، کانی‌های اوپک
۴	بافت سنگ	آواری

جدول (۳) : نتیجه آنالیز ICP نمونه‌های مسیر پیمایش M-7

SAMPLE	Content Unit : ppm Au ( ppb )										
	Au	W	Sb	Bi	Ag	Al2O3%	As	Ba	Be	CaO%	Cd
SH-236	3.8	0.50	0.57	0.20	8.5	11.9	14.9	190	0.6	4.4	1.3
SH-238	1.7	0.50	1.04	0.20	0.9	8.2	19.2	152	0.4	3.2	0.4
SH-240	2.1	0.50	0.50	0.20	0.4	15.1	0.1	317	1.0	10.6	0.4
SH-242	1.9	0.50	0.50	0.20	0.1	14.7	0.1	220	0.6	12.5	0.8
SAMPLE	Co	Cr	Cu	Dy	Eu	Fe2O3%	Ga	Gd	Hf	K2O%	La
SH-236	9.7	30.9	35396.9	3.0	1.3	9.6	14.6	5.4	3.7	1.13	19.7
SH-238	3.5	17.5	212.5	1.2	0.8	3.4	7.0	0.5	2.1	0.63	12.3
SH-240	21.4	30.5	139.0	7.3	1.9	12.9	22.0	6.9	8.9	1.52	14.2
SH-242	34.6	42.5	143.6	9.1	2.3	16.1	20.4	8.6	5.7	1.07	14.5
SAMPLE	Li	Mg	MgO%	Mn	Mo	Na2O%	Nb	Nd	Ni	Pb	Pr
SH-236	9.3	4409.92	0.44	228	3.5	1.55	19.6	7.2	7.8	25.5	8.5
SH-238	16.3	12734.6	1.27	484	0.9	0.78	5.3	0.5	3.6	14.2	3.5
SH-240	13.4	36084.7	3.61	1110	0.1	3.68	37.0	10.8	15.8	52.7	11.5
SH-242	13.4	73284.6	7.33	1441	0.3	3.23	4.8	7.2	50.9	27.3	15.0
SAMPLE	Sc	Sm	Sn	Sr	Ta	Ti	U	V	Y	Zn	Zr
SH-236	8.4	7.1	1.4	324	4.2	2529	1.0	117.5	22.9	127	120
SH-238	3.0	2.9	0.9	160	2.0	1123	1.0	40.0	13.7	43	87
SH-240	18.5	6.8	8.5	501	7.0	6502	11.9	231.6	35.0	85	234
SH-242	26.1	8.6	6.3	449	11.2	7637	7.1	326.3	38.7	70	178

جدول (۳) : نتیجه آنالیز جذب اتمی نمونه‌های مسیر پیمایش M-7

SAMPLE	Content Unit : ppm Au ( ppb )									
	Ag	As	Cu	Mo	Pb	Sb	W	Zn	Au	Hg
239	0.1	4.1	271	0.31	9.2	2.8	11.5	859	1.7	0.12



جدول (۱۰۲-۳) : نتیجه آنالیز Fire Assay نمونه های مسیر پیمایش M-7

SAMPLE	Au ( ppb )
SH-237	3.6
SH-241	2.7

بررسی نتایج نمونه ها حاکی از آن است که در نمونه شماره SH-236 برای عنصر مس به میزان (۳۵۳۹۶/۹ ppm) آنومالی نشان می دهد و سایر نمونه ها نیز کمی غنی شدگی دارند که میتوان به عنوان یک ناحیه امیدبخش مشخص شود.

### M-8-۳-۳ - مسیر پیمایش ۸

مسیر پیمایش ۸ در شمال برگه ۱:۵۰،۰۰۰ مهر رخش واقع شده است. نقطه شروع پیمایش دارای مختصات "۰۰° ۲۲' ۵۸" طول شرقی و "۳۳° ۱۵' ۲۲" عرض شمالی می باشد. راه دسترسی از طریق جاده سه قلعه به بیرجند (بعد از طی ۱۵ کیلومتر) و پس از عبور از چاه زرین، چاه مزار و از آنجا چاه خوشتری، چاه کریم داد، چاه گل کز، دق گچ بند و ارتفاعات قلعه سرخو است. مسیر این پیمایش در شکل (۳۰-۳) نشان داده شده است.

لیتولوژی عمده در این منطقه شامل، جریان های گدازه با وابستگی ترکیب شوшونیتی ( $Pg^{sh}$ ). سنگ های شوшونیتی بهمراه دیگر سری سنگ های ولکانیکی، ویژگی این سنگ ها بافت مگاپورفیریتیک با درشت بلورهای از پلازیو کلاز، پیروکسن و اولیوین در زمینه ای ریز دانه از همین کانیهای است. جریان های داسیتی تا ریوداسیتی از تیپ ایگنیمبریتی (Pg<sup>d</sup>) این واحد شامل سنگهای توده ای تا لایه دار برنگ سفید تا صورتی است که با ایگنیمبریت و توفهای جوش خورده زیرین خود تغییرات جانبی نشان می دهد. ویژگی سنگ های تیپ توده ای بافت فلسوفیریک آنهاست که در آن درشت بلورهای کوارتز، پلازیو کلاز (اولیگو کلاز - آندزین)، مقداری فلدسپات پتاسیک و بیوتیت در زمینه ای ریزدانه از کوارتز و فلدسپات جای گرفته است. در شکل (۳۱-۳) وضعیت زمین‌شناسی منطقه نشان داده شده است.

مطالعات ژئوشیمیایی آنومالی خاصی را در محدوده نشان نمی دهد. طبق بررسی های صحرایی از مسیر پیمایش M-8، اقدام به برداشت (۷) نمونه شد که فهرست این نمونه ها بهمراه موقعیت محل برداشت و نوع آنالیزهای انجام گرفته در جدول (۱۰۳-۳) آورده شده است. خاطر نشان می نماید که از این تعداد (۲) نمونه جهت مطالعه مقاطع میکروسکوپی، (۱)



نمونه جهت آنالیز ICP ، (۱) نمونه جهت جذب اتمی ، (۱) نمونه جهت آنالیز اسپکتروفوتومتری و (۱) نمونه جهت Fire Assay مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آنالیزهای صورت گرفته در جداول (۱۰۶-۳) تا (۱۰۹-۳) ارائه شده است.


جدول (۱۰۳-۳) : لیست اسامی نمونه های سنگی مسیر پیمايش ۸

مختصات نمونه (UTM)		نوع آنالیز	شماره نمونه	ردیف
Y	X			
3678284	628594	ICP	SH-243	۱
3678001	628808	SPE	SH-244	۲
3678017	628838	Fire Assay	SH-245	۳
3678042	628860	AAS	SH-246	۴
3678233	629102	THIN	SH-248	۵
3788233	629791	THIN	SH-249	۶

از توده های بازالتی در امتداد این پیمايش که دارای بافت شوشونیت است (شکل ۳-۴۷)، اقدام به برداشت نمونه شماره SH-243 شد. سپس یک واحد توف در نقطه ای با موقعیت X:۶۲۹۱۰۷ و Y:۳۶۷۰۹۵۵ است و در مقابل گدازه SH-244 ایگنمبریت به رنگ زرد و نارنجی به علت داشتن اکسیدهای آهن به رنگ زرد دیده می شود. نمونه های SH-244 و SH-245 از کن tact با سنگهای ایگنمبریت با بازالتها برداشت شده است که دارای مقدار زیادی کانی های گوتیت، لیمونیت، هماتیت و کوارتز می باشد. در ادامه مسیر در داخل بازالت های آمفیبولدار حاوی کانی سازی مس نمونه های SH-248 و SH-249 برداشت شد. نمونه شماره SH-246 از داسیت ها و ریوداسیت های صورتی تا سفید رنگ برداشت شد. همچنین نمونه شماره SH-247 از معدن کاری شدادی برداشت شد.



شکل (۳-۴۷): تصویری از بازالت‌های بیوتیت دار برنگ خاکستری (دید به سمت شمال)

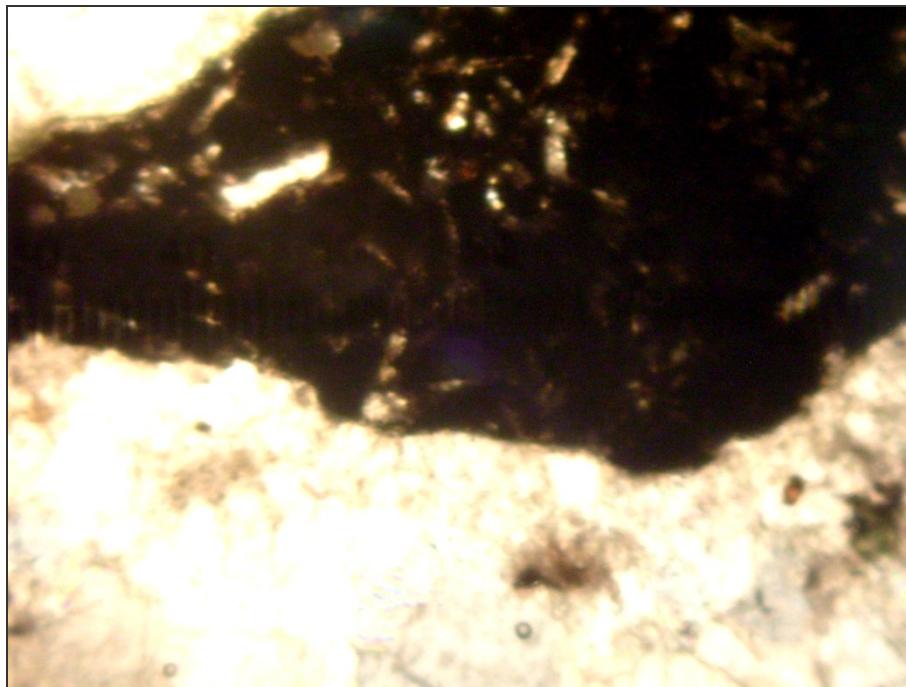


شکل (۳-۴۸): تصویری از مقطع نازک نمونه شماره SH-248



جدول (۳-۱۰۴) : مشخصات مقطع نازک نمونه شماره SH-248

ردیف	شماره مقطع	
۱	کانی‌های اصلی	کربنات که قسمت اعظم سنگ را تشکیل داده و قطعات سنگی که بیشتر آذرین بیرونی هستند و کانی‌های فلزی
۲	کانی‌های فرعی	-
۳	کانی‌های آلتراسیونی	کلریت، کانی‌های اوپک
۴	بافت سنگ	--
۵	نام سنگ	--

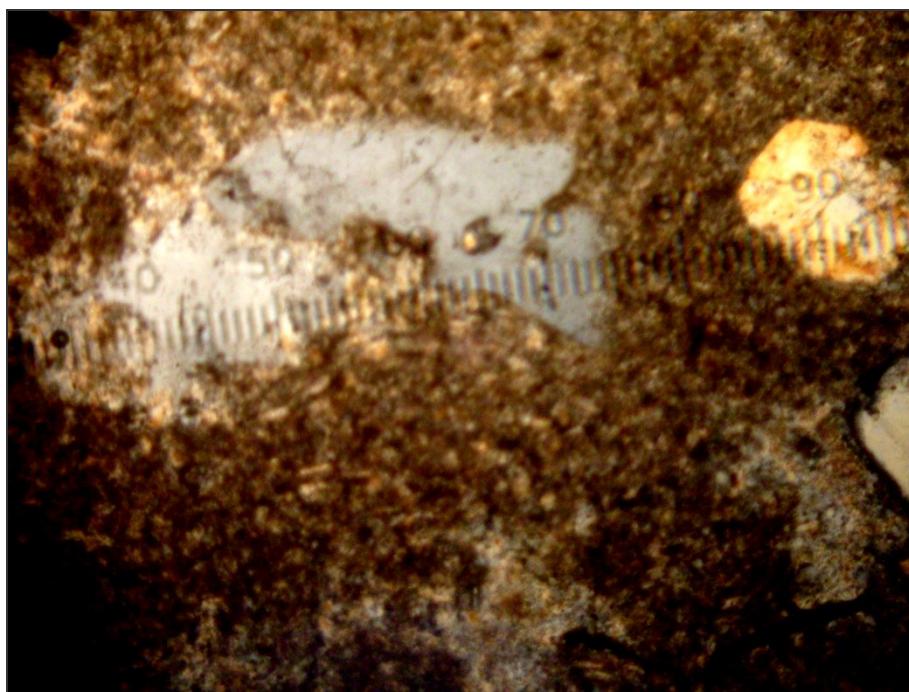

شکل (۳-۳۹): تصویر میکروسکوپی از مقطع نازک نمونه شماره SH-249



جدول (۱۰۵-۳) : مشخصات مقطع نازک نمونه شماره SH-249

ردیف	شماره مقطع	SH-249
۱	کانی‌های اصلی	پلازیوکلر در اندازه درشت با حالت زونینگ و در زمینه بهصورت دانه ریز، کوارتز در اندازه درشت و ریز، بیوتیت در اندازه‌های درشت و ریز، کانی‌های اوپک
۲	کانی‌های فرعی	زیرکن (Apatite)، آپاتیت (Zircon)
۳	کانی‌های آلتراسیونی	کائولن، سرسیت، کانی‌های اوپک، کلریت
۴	بافت سنگ	(Porphyry) پورفیری
۵	نام سنگ	-

جدول (۱۰۶-۳) : نتیجه آنالیز ICP نمونه‌های مسیر پیمایش M-8

Content Unit : ppm Au ( ppb )											
SAMPLE	Au	W	Sb	Bi	Ag	Al2O3%	As	Ba	Be	CaO%	Cd
SH-243	3.7	0.50	0.50	0.20	1.0	14.6	5.1	726	2.3	3.2	0.6
SAMPLE	Co	Cr	Cu	Dy	Eu	Fe2O3%	Ga	Gd	Hf	K2O%	La
SH-243	2.4	12.3	178.3	2.3	0.8	3.1	18.6	0.7	7.0	4.41	27.4
SAMPLE	Li	Mg	MgO%	Mn	Mo	Na2O%	Nb	Nd	Ni	Pb	Pr
SH-243	46.7	2971.45	0.30	397	0.2	2.48	13.8	14.1	5.3	46.4	3.2
SAMPLE	Sc	Sm	Sn	Sr	Ta	Ti	U	V	Y	Zn	Zr
SH-243	3.3	4.8	9.5	239	2.2	829	2.6	11.6	17.0	47	107

جدول (۱۰۷-۳) : نتیجه آنالیز جذب اتمی نمونه‌های مسیر پیمایش M-8

Content Unit : ppm Au ( ppb )										
SAMPLE	Ag	As	Cu	Mo	Pb	Sb	W	Zn	Au	Hg
SH-246	0.1	4.8	118	22.03	25.6	4.1	2.4	143	1.7	0.12

جدول (۱۰۸-۳) : نتیجه آنالیز اسپکتروفوتومتری نمونه‌های مسیر پیمایش M-8

SAMPLE	%SiO2	%Al2O3	%Fe2O3	%CaO	%MgO	%P2O5	%TiO2	%Na2O	%K2O	%MnO
SH-244	0.58	n.d	0.92	52.27	0.34	0.019	n.d	0.17	0.02	0.54

جدول (۱۰۹-۳) : نتیجه آنالیز Fire Assay نمونه‌های مسیر پیمایش M-8

SAMPLE	Au ( ppb )
SH-245	2.9



با توجه به نتایج نمونه‌های مسیر پیمایش M-8، محدوده مذکور مورد نظر فاقد ارزش اقتصادی می‌باشد

### M-9-۳-۳ - مسیر پیمایش ۹

مسیر پیمایش ۹ M در شرق برگه ۱:۵۰،۰۰۰ مهر رخش واقع شده است. نقطه شروع پیمایش دارای مختصات  $39^{\circ} 36' 58''$  طول شرقی و  $8^{\circ} 17' 23''$  عرض شمالی می‌باشد. راه دسترسی از طریق جاده سه قلعه به بیرجند (بعد از طی ۱۵ کیلومتر) و عبور از چاه زرین، چاه مزار، چاه خوشنری، چاه کریم داد، چاه گل کز، دق گچ بند به شکسته دیوار است. مسیر این پیمایش در شکل (۳۰-۳) نشان داده شده است. لیتوژئی عمده در این منطقه شامل جریان‌های گدازه به صورت افقی، کلاهک گونه و با ستبرای ده‌ها متر، به طور دگرشیب بر روی واحدهای کهن تر از جمله سنگ‌های پیروکلاستیکی ( $Pg^{tb}$ ،  $Pg^{at}$ ) بر جای گذاشته شده‌اند. بافت میکروسکوبی متداول این سنگ‌ها پورفیریتیک، گلومروپورفیریتیک، اورتوفیریک و جریانی می‌باشد. در شکل (۳۱-۳) وضعیت زمین‌شناسی منطقه نشان داده شده است. طی مطالعات ژئوشیمیایی انجام گرفته در این منطقه آنومالی ژئو شیمیایی خاصی گزارش نشده است.

طبق بررسی‌های صحرایی از مسیر پیمایش ۹ M، اقدام به برداشت ۱۲ نمونه شد. فهرست این نمونه‌ها بهمراه موقعیت محل برداشت و نوع آنالیزهای انجام گرفته در جدول (۱۱۰-۳) آورده شده‌است. خاطر نشان می‌نماید که از این تعداد، (۲) نمونه جهت آنالیز ICP، (۷) نمونه جهت آنالیز جذب اتمی، (۲) نمونه جهت آنالیز اسپکتروفتومتری و (۱) نمونه جهت آنالیز Fire Assay مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آنالیزهای صورت گرفته در جداول (۱۱۱-۳) تا (۱۱۴-۳) ارائه شده است.



جدول (۳-۱۱) : لیست اسامی نمونه‌های سنگی مسیر پیمایش M-9

مختصات نمونه (UTM)		نوع آنالیز	شماره	ردیف
Y	X			
3665781	634676	SPE	SH-263	۱
3665632	634740	AAS	SH-264	۲
3665524	634579	AAS	SH-265	۳
3665252	634742	AAS	SH-266	۴
3665094	635098	AAS	SH-267	۵
3665297	635223	ICP	SH-268	۶
3664226	635187	AAS	SH-269	۷
3664517	634718	AAS	SH-270	۸
3664544	634785	Fire Assay	SH-271	۹
3664242	635024	ICP	SH-272	۱۰
3664242	635024	AAS	SH-273	۱۱
3664017	634973	SPE	SH-274	۱۲

در ابتدای پیمایش ابتدا به واحدهای توفی رسیده که در قسمت بالای آن واحدهای آندزیتی قرار دارد و نمونه شماره SH-263 از این واحدهای توفی برداشته شد. در داخل آندزیت‌های (شکل ۳-۵۰) مذکور هم، دایکی رخمنون داشت که از داخل این دایک نمونه شماره SH-264 برداشت شده است. با ادامه مسیر پیمایش از زون برشی سیلیسی نمونه شماره SH-266 برداشت شد. سپس از واحد توف برشی شده در مسیر هم اقدام به نمونه‌برداری شد و نمونه شماره SH-267 از این واحد انتخاب گردید.

در برخی نقاط در داخل آندزیت‌ها، کانی زئولیت به همراه آثاری مشکوک به کانی‌سازی مس رویت شد. با ادامه مسیر پیمایش، به یک زون برش سیلیسی (عرض ۱-۲ متر، طول ۴۵-۵۰ متر و امتداد شمال-جنوب) برخورد شد که نمونه‌های شماره SH-270، SH-271 و SH-272 از آن برداشته شدند. نمونه شماره SH-265 از دایک سیلیسی برداشت شد. نمونه شماره SH-268 از آندزیت‌های برشی شده و نمونه‌های SH-269، SH-272 و SH-274 نیز از سنگ‌های آندزیت پیروکسن‌دار برداشت شده‌اند.



شکل (۳-۵) : دایک آندزیتی در کوه شکسته دیوار (دید به سمت شمال)

جدول (۳-۱۱) : نتیجه آنالیز ICP نمونه های مسیر پیماش ۹

SAMPLE	Content Unit : ppm Au ( ppb )										
	Au	W	Sb	Bi	Ag	Al2O3%	As	Ba	Be	CaO%	Cd
SH-268	2.2	0.50	0.74	0.20	1.1	8.9	3.9	286	0.2	9.6	0.3
SH-272	2.1	0.50	1.48	0.20	0.1	16.1	0.7	374	0.7	12.9	0.1
SAMPLE	Co	Cr	Cu	Dy	Eu	Fe2O3%	Ga	Gd	Hf	K2O%	La
SH-268	4.4	71.6	112.7	4.1	1.3	4.6	6.6	3.1	3.6	1.04	17.9
SH-272	33.6	53.8	248.9	16.5	2.9	17.0	21.2	10.4	5.1	2.02	25.3
SAMPLE	Li	Mg	MgO%	Mn	Mo	Na2O%	Nb	Nd	Ni	Pb	Pr
SH-268	66.0	8551.39	0.86	1108	1.4	1.10	9.7	1.3	12.3	113	4.3
SH-272	21.0	95525.4	9.55	1658	0.3	3.07	51.3	16.0	45.7	74.9	15.3
SAMPLE	Sc	Sm	Sn	Sr	Ta	Ti	U	V	Y	Zn	Zr
SH-268	8.7	3.4	3.0	142	3.7	1705	2.1	76.6	15.5	46	21
SH-272	48.3	8.6	6.3	536	10.5	7605	1.1	347.5	51.5	98	169



جدول (۱۱۲-۳) : نتیجه آنالیز جذب اتمی نمونه‌های مسیر پیمایش M-9

SAMPLE	Content Unit : ppm Au ( ppb )									
	Ag	As	Cu	Mo	Pb	Sb	W	Zn	Au	Hg
SH-264	0.1	3.3	85	0.10	0.2	0.3	1.2	99	2.4	0.05
SH-265	0.1	4.9	75	0.49	2.2	0.5	0.8	63	2.6	0.05
SH-266	0.1	2.2	71	0.20	5.9	3.2	1.3	62	1.8	0.05
SH-267	0.1	2.3	180	0.67	15.1	4.7	0.7	46	1.9	0.05
SH-269	0.3	7.4	97	1.47	10.9	3.8	2.2	110	1.7	0.05
SH-270	0.1	1.3	103	0.10	2.7	3.2	1.3	89	2.4	0.05
SH-273	0.1	0.7	178	0.04	0.9	3.4	0.9	80	3.1	0.05

جدول (۱۱۳-۳) : نتیجه آنالیز اسپکتروفتوometri نمونه‌های مسیر پیمایش M-9

SAMPLE	%SiO <sub>2</sub>	%Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%CaO	%MgO	%P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	%TiO <sub>2</sub>	%Na <sub>2</sub> O	%K <sub>2</sub> O	%MnO
SH-263	64	14.72	4.1	5.87	1.5	0.26	0.6	3.43	2.62	0.07

جدول (۱۱۴-۳) : نتیجه آنالیز Fire Assay نمونه‌های مسیر پیمایش M-9

SAMPLE	Au ( ppb )
SH-271	3

با توجه به نتایج آنالیزهای نمونه‌های مربوط به مسیر پیمایش M-9 در این محدوده هیچ گونه کانی‌سازی رویت نشد.

### M-10-۳-۳ - مسیر پیمایش

مسیر پیمایش M-10 در جنوب برگه ۱:۵۰،۰۰۰ مهررخش واقع شده است. نقطه شروع پیمایش دارای مختصات  $38^{\circ} 20' 58''$  طول شرقی و  $5^{\circ} 40' 33''$  عرض شمالی می‌باشد. راه دسترسی از طریق جاده سه قلعه به بیرجند (بعد از طی ۱۵ کیلومتر) به چاه زرین، چاه مزار، چاه خوشنری و پس از عبور از چاه کریم داد، چاه گل کز، دق گچ بند به دق حوض بند است. مسیر این پیمایش در شکل (۳۰-۳) نشان داده شده است.

لیتلولژی عمده در این منطقه شامل سری سنگ‌های ولکانیکی ائوسن بالائی - الیگوسن است. این سری سنگ‌ها که بر فعالیت اصلی فازهای ولکانیکی منطقه دلالت دارد، با خروجی‌های داسیتی آغاز می‌گردد و غالباً سرشار از سیلیس است این سنگ‌ها با حجم بسیاری از گدازه‌های آندزیتی و در نهایت بازالتی دبال می‌گردد. این سری سنگ‌ها با دگر شیبی



بر روی سریهای قدیم تر قرار می‌گیرد و توسط یک لایه قرمز رنگ کلاستیک خشکی نشان (Clastic red bed) با ترکیب سنگ شناختی توف ماسه ای ( $Pg^{st}$ ) از آنها جدا می‌گردد. لایه خشکی نشان یاد شده با بافت پورفیروکلاستیک و بلورهای کلاستیک کوارتز (۴۰%-۳۵)، فلدسپات، پیکروکسن، بیوتیت و تکه‌های سنگی ولکانیکی در زمینه‌ای از شیشه بلورین شده و اکسیدهای آهن مشخص است. این واحد با تغییر ضخامت از ۰/۵ تا ۱۵ متر بویژه در (۵) کیلومتری باخته میخ خور، درست در سوی چپ جاده خور - طبس (بخش جنوبی منطقه برداشت) بیرون زدگی دارد. در شکل (۳-۳) وضعیت زمین‌شناسی منطقه نشان داده شده است.

بر اساس مطالعات ژئوشیمیایی آنومالی این محدوده در اولویت اول اکتشافی گزارش شده است. طبق بررسی‌های صحراوی از مسیر پیمایش M-10، اقدام به برداشت (۹) نمونه شد. که فهرست این نمونه‌ها بهمراه موقعیت محل برداشت و نوع آنالیزهای انجام گرفته در جدول (۱۱۵-۳) آورده شده است. خاطر نشان می‌نماید که از این تعداد (۲) نمونه جهت مطالعه مقاطع میکروسکوپی، (۲) نمونه جهت آنالیز ICP، (۱) نمونه جهت آنالیز جذب اتمی، (۳) نمونه جهت آنالیز اسپکتروفوتومتری و (۱) نمونه جهت Fire Assay مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آنالیزهای صورت گرفته در جداول (۱۱۸-۳) تا (۱۲۱-۳) ارائه شده است.

جدول (۱۱۵-۳) : لیست اسامی نمونه‌های سنگی مسیر پیمایش M-10


مخالفات نمونه (UTM)		نوع آنالیز	شماره	ردیف
Y	X			
3657898	626231	ICP	SH-275	۱
3656811	628770	ICP	SH-276	۲
3656815	628771	Fire Assay	SH-277	۳
3656819	628775	THIN	SH-278	۴
3657101	628615	AAS	SH-279	۵
3658674	625603	SPE	SH-280	۶
3658015	623630	SPE	SH-281	۷
3658379	619636	THIN	SH-282	۸
3656400	625939	SPE	SH-283	۹

در این مسیر پیمایش به تعدادی کوره شدادی برخورد شد که اقدام به برداشت نمونه از آن گردید (نمونه شماره SH-275) سپس از دایکی (با روند دایک شمال غربی و جنوب شرقی) در داخل آندزیتها که در آن کانی‌سازی انجام گرفته



است، نمونه برداری انجام شد (نمونه‌های شماره SH-276، SH-277، SH-278) همچنین نمونه‌های شماره SH-281 و SH-283 از رخمنون سنگ‌های ولکانیکی بازیک برداشت شد.

در این محدوده چهار کنده‌کاری به‌چشم می‌خورد که در آن‌ها، کانی‌سازی اکثراً همراه با زئولیت‌ها و آلتراسیون از نوع کلریتی است. نمونه شماره SH-279 از آلتراسیون کلریت برداشته شد. نمونه شماره SH-280 از قطعات ارتوز که در داخل آندزیت بصورت رگه‌ای است، انتخاب شد. در ادامه مسیر به یک واحد پیروکسن آندزیت رسیده که فاقد کانی‌سازی می‌باشد. با ادامه پیمایش به سمت جنوب به میخ‌خور رسیده و در آن‌جا آمفیبیول آندزیت‌های فاقد کانی‌سازی رویت شدند که نمونه شماره SH-282 جهت مطالعه پترولوجی برداشت شد.

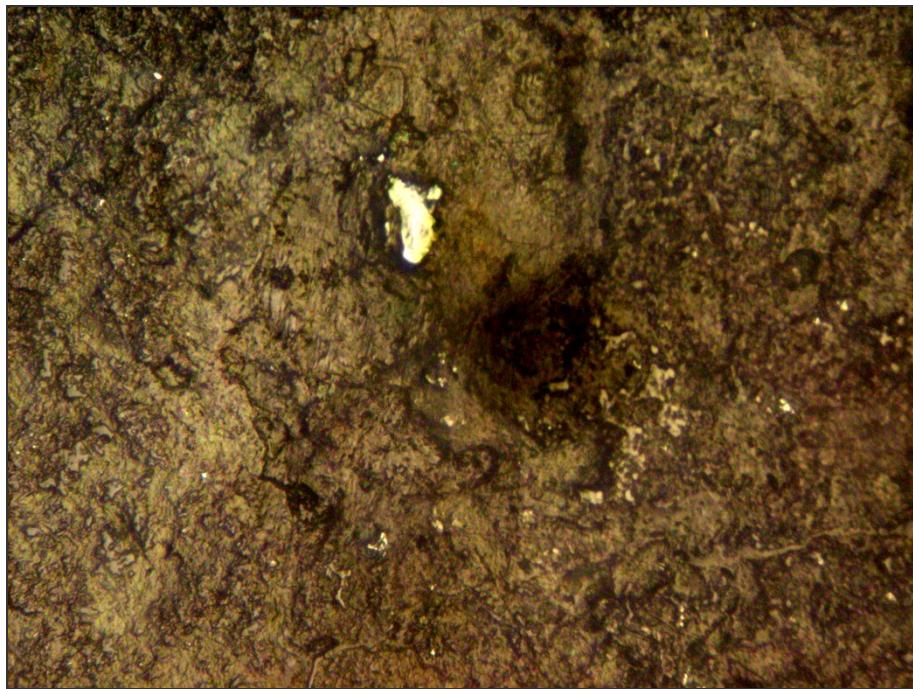

شکل (۵۱-۳): تصویر میکروسکوپی از مقطع نازک نمونه شماره SH-278



جدول (۳-۱۶) : مشخصات مقطع نازک نمونه شماره SH-278

ردیف	شماره مقطع	SH-278
۱	کانی‌های اصلی	جز دو کانی‌های یکی پلاژیوکلاز، آمفیبیول(هورنبلند) که به صورت باقیمانده دیده می‌شود، کانی‌های اوپک فراوان، کانی‌های آلتراسیونی فراوان، پیروکسن، قطعات سنگی، فلدسپات پتانسیم
۲	کانی‌های فرعی	-
۳	کانی‌های آلتراسیونی	کربنات، کلریت، کانی‌های گروه اپیدوت، کانی‌های اوپک، سرسیت، کائولن
۴	بافت سنگ	پیروکلاستیک (Pyroclastic)
۵	نام سنگ	توف حدواسط



شکل (۳-۵۲): تصویر میکروسکوپی از مقطع نازک نمونه شماره SH-282



جدول (۱۱۷-۳) : مشخصات مقطع نازک نمونه شماره SH-282

ردیف	شماره مقطع	SH-282
۱	کانی‌های اصلی	پلازیوکلاز که از اطراف به فلادسپات‌های پتاسیم تبدیل شده‌اند، هورنبلند که خیلی آلترا شده است، کانی‌های اوپک، کوارتز
۲	کانی‌های فرعی	-
۳	کانی‌های آلتراسیوفنی	کانولن، کلریت، کربنات، سرسیت، کانی‌های اوپک
۴	بافت سنگ	پورفیری(Porphyry)
۵	نام سنگ	آنزیت(Andesite)(با نادیده گرفتن لکه‌های موجود در سنگ که احتمالاً باید حباب باشد).

جدول (۱۱۸-۳) : نتیجه آنالیز ICP نمونه‌های مسیر پیماش M-10

Content Unit : ppm Au ( ppb )											
SAMPLE	Au	W	Sb	Bi	Ag	Al2O3%	As	Ba	Be	CaO%	Cd
275	2.5	0.50	1.63	0.20	12.5	14.0	3.6	466	0.4	19.7	1.0
276	2.2	0.50	2.37	0.20	2.2	14.7	10.6	2241	0.2	3.5	0.1
SAMPLE	Co	Cr	Cu	Dy	Eu	Fe2O3%	Ga	Gd	Hf	K2O%	La
275	10.0	50.1	38890.9	9.6	2.2	6.2	5.1	3.7	5.6	1.63	21.8
276	17.0	14.7	48256.6	10.2	1.7	6.0	15.1	3.5	13.0	1.56	10.2
SAMPLE	Li	Mg	MgO%	Mn	Mo	Na2O%	Nb	Nd	Ni	Pb	Pr
275	33.1	53625.5	5.36	1531	0.4	2.73	33.4	4.1	8.3	36.6	5.5
276	31.8	25260.3	2.53	394	2.6	3.68	26.4	13.5	9.7	31.7	5.6
SAMPLE	Sc	Sm	Sn	Sr	Ta	Ti	U	V	Y	Zn	Zr
275	20.1	7.1	5.3	1622	6.0	3641	1.0	231.0	31.4	92	139
276	27.9	8.7	7.4	1714	6.7	5603	1.0	181.8	33.4	164	146

جدول (۱۱۹-۳) : نتیجه آنالیز جذب اتمی نمونه‌های مسیر پیماش M-10

Content Unit : ppm Au ( ppb )										
SAMPLE	Ag	As	Cu	Mo	Pb	Sb	W	Zn	Au	Hg
279	1.7	38.3	15856	16.65	1757.4	3.2	1.3	125	1.4	0.11



جدول (۱۲۰-۳) : نتیجه آنالیز اسپکتروفوتومتری نمونه‌های مسیر پیمایش M-10

SAMPLE	%SiO <sub>2</sub>	%Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%CaO	%MgO	%P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	%TiO <sub>2</sub>	%Na <sub>2</sub> O	%K <sub>2</sub> O	%MnO
SH-280	90.5	0.85	1.1	1.53	1.1	0.05	0.015	0.25	0.17	0.024
SH-281	57.1	16.4	5.27	4.57	2.98	0.6	0.85	3.1	4.53	0.053
SH-283	57.1	17.2	5.9	6.62	3.73	0.41	0.91	3.34	0.7	0.097

جدول (۱۲۱-۳) : نتایج آنالیز Fire Assay نمونه‌های مسیر پیمایش M-10

SAMPLE	Au ( ppb )
277	2

نتایج آنالیز نمونه حاکی از آنست که در این محدوده عنصر مس که بین (۴۸۲۵۶ ppm) و (۱۵۸۵۶ ppm) غنی‌سازی مشخص شده است، می‌تواند به عنوان یک ناحیه امید بخش مشخص شود.

### M-11-۳-۳- مسیر پیمایش

این مسیر پیمایش در غرب برگه ۱:۵۰,۰۰۰ مهر رخش واقع شده است. نقطه شروع پیمایش دارای مختصات "۱۹° ۱۶' ۵۸" طول شرقی و "۲۹° ۱۱' ۳۳" عرض شمالی می‌باشد. راه دسترسی از طریق جاده سه قلعه به بیرجند، بعد از طی ۱۵ کیلومتر به چاه زرین، چاه مزار، چاه خوشتری، چاه کریم داد، چاه گل کز، دق گچبند و چاه خشت است. مسیر این پیمایش در شکل (۳۰-۳) نشان داده شده است.

لیتولوژی عمده در این منطقه شامل جریان‌های گدازه با وابستگی ترکیب شوشوئیتی (Pg<sup>sh</sup>) سنگ‌های شوشوئیتی بهمراه دیگر سری سنگ‌های ولکانیکی، محدوده ای بزرگ را در جنوب منطقه برداشت در بر می‌گیرند و اغلب با واحدهای Pg<sup>t</sup>, Pg<sup>tb</sup>, Pg<sup>at</sup> نزدیک به شیوه بین انگشتی دارند. ویژگی این سنگ‌ها بافت مگاپورفیریتیک با درشت بلورهای از پلاژیوکلاز، پیروکسن و اولیوین در زمینه‌ای ریز دانه از همین کانی‌هاست.

بعلت هموار قرار گرفتن ردیف‌های سنگ‌ها و یکنواختی ترکیب کانی‌های آنها، جدایش گونه‌های مختلف سنگ از یکدیگر ناممکن است. از اینرو بر پایه داده‌های ژئوشیمیائی می‌توان آنها را به گونه‌های آبساروکیت، شوشوئیت و باناکیت تقسیم نمود. طبق مطالعات ژئوشیمیائی انجام گرفته، آنمالی خاصی در محدوده گزارش نشده است.


	<b>گزارش نهایی کنترل و بررسی نواحی امیدبخش در ورقه ۱:۱۰۰،۰۰۰ شارقچ</b> <b>فصل سوم: بررسی نواحی امیدبخش و مشکوک به کانی‌سازی</b>	 وزارت صنایع و معدن سازمان معدن‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

طبق بررسی‌های صحرایی، از مسیر پیمایش M-11، اقدام به برداشت (۲) نمونه شد. که فهرست این نمونه‌ها بهمراه موقعیت محل برداشت و نوع آنالیزهای انجام گرفته در جدول (۱۲۲-۳) آورده شده است. از این تعداد (۱) نمونه جهت مطالعه مقاطع میکروسکوپی، (۱) نمونه جهت آنالیز اسپکتروفتوometری و (۱) نمونه جهت آنالیز ICP مورد بررسی قرار گرفتند. نتیجه آنالیز ICP صورت گرفته در جدول (۱۲۴-۳) ارائه شده است.

جدول (۱۲۲-۳) : لیست اسامی نمونه‌های سنگی مسیر پیمایش M-11

مختصات نمونه (UTM)		نوع آنالیز	شماره	ردیف
Y	X			
۳۶۷۱۷۰۰	۶۱۶۱۲۳	ICP	SH-174	۱
۳۶۷۱۷۰۶	۶۱۶۱۲۸	Thin	SH-174X	۲
۳۶۷۱۳۶۰	۶۱۶۳۷۷	SPE	SH-173	۳

در ابتدای مسیر پیمایش مذکور، از واحد سنگ آذرین خروجی در حد بازالت نمونه شماره SH-174X برداشت شده است. سپس در ادامه از واحد سنگی توف آندزیتی (که احتمالاً گرونا دار باشد) که در داخل آن نیز مقداری کلریت هم دیده می‌شود، نمونه شماره SH-174 جهت آنالیز برداشت شده است. نمونه شماره SH-173 از توف برداشت شد.

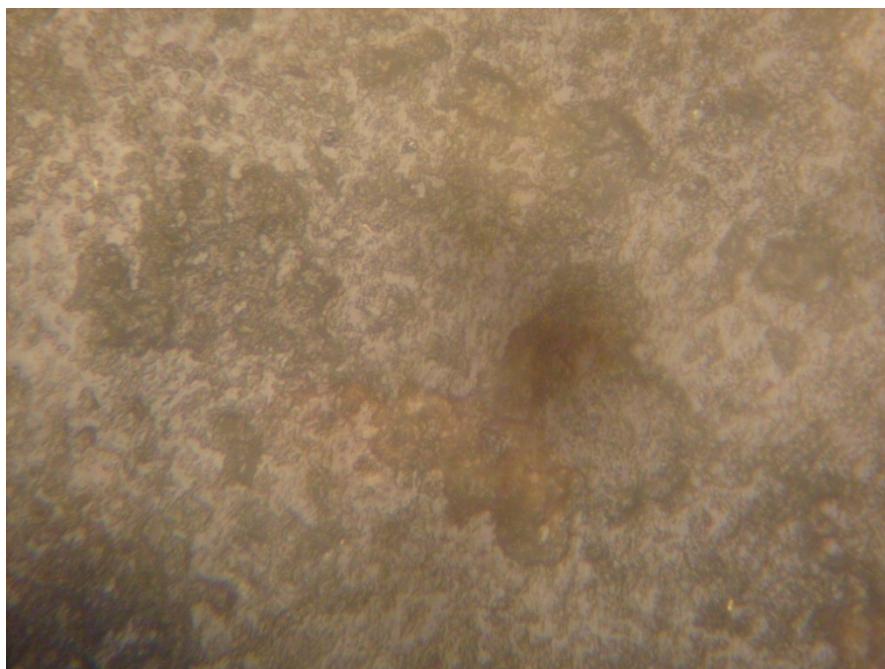

شکل (۵۳-۳): تصویر میکروسکوپی از مقطع نازک نمونه شماره SH-174X



جدول (۱۲۳-۳) : مشخصات مقطع نازک نمونه شماره SH-174X

ردیف	شماره مقطع	SH-174X
۱	کانی‌های اصلی	پلازیوکلаз، بیوتیت، کانی‌های فرومیزین به جز بیوتیت‌ها که بهشدت آلترا شده اند، کوارتز، کانی‌های اوپک، کانی‌های ایزوتروپ احتمالاً گارنت، قطعات سنگی آپاتیت(Apatite)
۲	کانی‌های فرعی	کربنات، کلریت، کانی‌های اوپک، کائولن، سرسیت
۳	کانی‌های آلتراسیونی	(Pyroclasstic) پیروکلاستیک
۴	بافت سنگ	توف اسیدی بیرونی- توف ولکانیکی اسیدی
۵	فام سنگ	

جدول (۱۲۴-۳) : نتیجه آنالیز ICP (a) و اسپکتروفوتومتری (b) نمونه‌های مسیر پیمایش M-11

(a)

Content Unit : ppm Au ( ppb )								
SAMPLE	Au	W	Sb	Bi	Ag	Yb	Zn	Zr
174	3.6	2.02	0.50	0.20	0.8	2.4	192	71
SAMPLE	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> %	As	Ba	Be	Ca	Cd	Ce	Co
174	8.4	6.3	332	1.9	23832.3	0.5	33.9	7.5
SAMPLE	Cr	Cu	Dy	Eu	Fe	Ga	Gd	Hf
174	32.6	0.2	3.0	0.8	44901.8	24.4	2.6	3.3
SAMPLE	K <sub>2</sub> O%	La	Li	Mg	MgO%	Mo	Na	Na <sub>2</sub> O%
174	2.48	15.9	40.0	8989.26	0.90	1.8	27141.9	2.71
SAMPLE	Nd	Ni	P	Pb	Pr	Sc	Sm	Zn
174	14.3	3.8	859	38.1	4.5	4.2	3.8	12
SAMPLE	Sn	Sr	Ta	Th	Ti	V	Y	Zr
174	10.9	182	0.8	3.7	3068	63.3	10.0	0.15

(b)

SAMPLE_NO	%SiO <sub>2</sub>	%Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%CaO	%MgO	%P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	%TiO <sub>2</sub>	%Na <sub>2</sub> O	%K <sub>2</sub> O	%MnO
Sh-173	77	9	2	1	1	0	0	3	4	0

با توجه به نظر کارشناسان و بررسی نتیجه آنالیز ICP محدوده فاقد کانی سازی می‌باشد.



### ۳-۴- بروزی نواحی امید بخش و مشکوک به کانی سازی در ورقه ۱:۵۰،۰۰۰ چاه خشت

چهار گوش ۱:۵۰۰۰ نقشه توپوگرافی چاه خشت بین  $33^{\circ}$  تا  $15^{\circ}$  طول شرقی و  $58^{\circ}$  تا  $00^{\circ}$  عرض شمالی در استان خراسان جنوبی قرار دارد.

در طی عملیات صحراوی مسیرهای پیمایش طراحی شده مورد بازدید قرار گرفته و مجموعاً ۲۶ نمونه در ۵ مسیر پیمایش جهت انجام فاز مطالعاتی از برگه ۱:۵۰،۰۰۰ چهار خشت برداشت شد. فهرست و موقعیت محل برداشت این نمونه‌ها در پیوست شماره یک این گزارش ارائه شده است. از این تعداد، ۱۳ نمونه برای آنالیز جذب اتمی، ۷ نمونه برای آنالیز اسپکتروفوتومتری، ۱۲ نمونه برای آنالیز ICP ، ۲ نمونه برای Fire Assay ، ۱ نمونه جهت مطالعه مقاطع نازک و صیقلی و ۷ نمونه برای XRD برداشت شده است. نتایج آنالیزها در پیوست شماره سه این گزارش ارائه شده است.



### CH-1-۴-۳-مسیر پیمایش ۱

این مسیر پیمایش در شمال برگه ۱:۵۰،۰۰۰ چاه خشت واقع شده است. نقطه شروع پیمایش دارای مختصات "۱۲'۴۸ طول شرقی و "۵۱'۱۴ عرض شمالی می‌باشد. راه دسترسی از طریق جاده شوسه سه قلعه، دق سرمه‌دعلی، شند یکه تاخ و شکسته چاه خشت است. مسیر این پیمایش در شکل (۵۴-۳) نشان داده شده است. لیتولوژی عمده در این محدوده شامل، جریان‌های گدازه با ترکیب شوшونیتی ( $Pg^{sh}$ ). سنگ‌های شوшونیتی بهمراه دیگر سری سنگ‌های ولکانیکی، محدوده ای بزرگ را در جنوب منطقه برداشت در بر می‌گیرند و اغلب با واحد‌های  $Pg^t$ ,  $Pg^{tb}$ ,  $Pg^{at}$  وابستگی نزدیک به شیوه بین انگشتی دارند. ویژگی این سنگ‌ها بافت مگاپورفیریتیک با درشت بلورهای از پلاژیوکلاز، پیروکسن و اولیوین در زمینه ای ریز دانه از همین کانیهای است. وضعیت زمین‌شناسی این منطقه در شکل (۳-۵۵) ارائه شده است. مطالعات ژئوشیمیایی آنومالی خاصی را در محدوده نشان نمی‌دهد.

طبق بررسی‌های صحراوی از این منطقه (۸) نمونه برداشت شده است. فهرست و موقعیت محل برداشت نمونه‌ها بهمراه آنالیزهای انجام گرفته در جدول (۱۲۵-۳) آورده شده است. نتایج در جدول (۱۲۶-۳) و (۱۲۷-۳) آورده شده است. در ابتدای مسیر پیمایش، از یک واحد توفی بشدت آلتره شده (آلتراسیون کلریت) نمونه شماره SH-162 جهت بررسی‌های بیشتر برای خاک صنعتی برداشته شد. در ادامه مسیر به یک واحد بنتونیت رسیده که نمونه شماره SH-163 از آن برداشته شد. در داخل آندزیت‌ها مقداری زیادی اکسیدهای آهن دیده می‌شود که نمونه شماره SH-164 برای آنالیز برداشت شده است. از واحد توف آذرین شدیداً خرد شده که در داخل آن احتمال کانه‌زایی ملاکیت همراه با اکسیدهای SH-58 و SH-57 برداشت شد. آهن دیده می‌شود نمونه شماره SH-165 برداشت شد در مسیر پیمایش نمونه‌های شماره SH-56 و SH-58 از سنگ‌های آندزیتی حاوی کانه‌زایی کلریت، اپیدوت و آثاری از کانه‌زایی ملاکیت برداشت شدند. همچنین در توف‌های آندزیتی بلورهای ریزی از پیروکسن و آمفیبول مشاهده شد از این سنگ‌ها نمونه شماره SH-60 برداشت گردید.

۶



جدول (۳-۱۲۵) : لیست اسامی نمونه‌های سنگی مسیر پیمایش CH-1

مختصات		آنالیز	شماره نمونه	ردیف
Y	X			
3677249	613274	XRD	SH-162	۱
3677152	613365	SPE	SH-163	۲
3677066	613806	ICP	SH-164	۳
3677228	613935	AAS	SH-165	۴
3677796	614313	ASS	SH-60	۵
3678683	614461	ICP	SH-56	۶
3679662	614822	SPE	SH-57	۷
3678235	615302	SPE	SH-58	۸

جدول (۳-۱۲۶) : نتیجه آنالیز ICP نمونه‌های مسیر پیمایش CH-1

SAMPLE	Content Unit : ppm Au ( ppb )											
	Au	W	Sb	Bi	Ag	Al2O3%	As	Ba	Be	CaO%	Cd	
164	2.9	0.71	0.50	0.20	0.7	10.1	4.3	667	1.6	5.9	0.8	
56	4.3	1.94	0.81	0.2	0.8	7.1	8.2	303	1.8	3	0.4	
SAMPLE	Co	Cr	Cu	Dy	Eu	Fe2O3%	Ga	Gd	Hf	K2O%	La	
164	17.1	114.6	5.7	3.8	0.7	8.8	29.5	1.6	9.4	1.84	15.9	
56	7.5	39	0.2	2.3	0.3	4.7	26.3	0.2	4.8	3.12	10.8	
SAMPLE	Li	Mg	MgO%	Mn	Mo	Na2O%	Nb	Nd	Ni	Pb	Pr	
164	39.4	27697.2	2.77	959	1.9	2.66	34.1	28.0	20.0	19.7	9.2	
56	45.5	0.95	278	0.7	2.98	14.9	14.4	3.1	711	12	4.7	
SAMPLE	Sc	Sm	Sn	Sr	Ta	Ti	U	V	Y	Zn	Zr	
164	11.5	1.8	7.2	391	4.4	4938	1.0	186.1	19.8	212	243	
56	4.2	3.6	7.6	197	3.4	2938	1	60.7	10	137	128	

جدول (۳-۱۲۷) : نتیجه آنالیز جذب اتمی (a) و اسپکتروفوتومتری (b) نمونه‌های مسیر پیمایش CH-1

(a)

SAMPLE	Content Unit : ppm Au ( ppb )										
	Ag	As	Cu	Mo	Pb	Sb	W	Zn	Au	Hg	
165	0.1	5.0	12	0.36	11.6	2.3	1.4	57	2.0	0.05	
60	0.1	3.3	62	0.88	7.8	3.1	1.5	81	2.1	0.05	

	<b>گزارش نهایی کنترل و بررسی نواحی امیدبخش در ورقه ۱:۱۰۰،۰۰۰ شارفچ</b> <b>فصل سوم: بررسی نواحی امیدبخش و مشکوک به کانی‌سازی</b>	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

(b)

Sample No	%SiO <sub>2</sub>	%Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%CaO	%MgO	%P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	%TiO <sub>2</sub>	%Na <sub>2</sub> O	%K <sub>2</sub> O	%MnO
Sh-163	50.82	9.92	1.96	13.2	1.62	0.46	0.22	4.72	0.15	0.008
Sh-57	68	14	3	4	1	0	0	3	3	0
Sh-58	53	18	8	5	3	1	1	3	4	0

باتوجه به نتایج آنالیز نمونه‌ها در این محدوده هیچگونه غنی‌سازی مشاهده نشد.

### CH-۲-۴-۳ - مسیر پیمایش 2

این مسیر در شمال شرق برگه ۱:۵۰،۰۰۰ چاه خشت واقع شده است. نقطه شروع پیمایش دارای مختصات "۳۰° ۱۶' ۵۸" طول شرقی و "۹' ۹" عرض شمالی می‌باشد. راه دسترسی از طریق جاده شوسه سه قلعه، دق سرمهدلی، شند یکه تاخ و شکسته چاه خشت است. مسیر این پیمایش در شکل (۵۴-۳) نشان داده شده است. لیتولوژی عمده محدوده شامل سنگ‌های شوشونیتی (<sup>sh</sup>Pg) بهمراه دیگر سری سنگ‌های ولکانیکی می‌باشد. و اغلب با واحد‌های <sup>t</sup>Pg, <sup>tb</sup>Pg, <sup>at</sup>Pg وابستگی نزدیک به شیوه بین انگشتی دارند. ویژگی این سنگ‌ها بافت مگا-پور فیریتیک با درشت بلورهای از پلازیوکلاز، پیروکسن و اولیوین در زمینه‌ای ریز دانه از همین کانیهای است. بعلت هموار قرار گرفتن ردیفهای سنگ‌ها و یکنواختی ترکیب کانی‌های آنها، جدایش گونه‌های مختلف سنگ از یکدیگر ناممکن است. مطالعات ژئوشیمیایی آنمالی خاصی را در محدوده نشان نمی‌دهد.

طبق بررسی‌های صحرایی از این مسیر پیمایش اقدام به برداشت (۴) نمونه شد. فهرست و موقعیت محل برداشت نمونه‌ها بهمراه آنالیزهای انجام گرفته در جدول (۱۲۸-۳) آورده شده است. نتایج در جدول (۱۲۹-۳) و (۱۳۰-۳) آورده شده است. در مسیر پیمایش بر روی سنگ‌های آندزیت و آندزیت بازالت به موازات سطوح شکستگی ناشی از فعالیت گسل، کانی ملاکیت دیده می‌شود که با کمی اکسید آهن نیز همراه است و نمونه شماره SH-166 از آن برداشت شده است. در ادامه مسیر به یک کوره شدادی رسیده که از آن نمونه ۱۶۷ برداشت شد.

در انتهای مسیر یک رخمنون توف آندزیت به همراه آلتراسیون کلریتی و همایتی دیده می‌شود که درون آن اکسیدهای آهن و منگنز دیده می‌شود. لذا نمونه ۱۶۸ SH-168 جهت آنالیز ICP برداشت شده است.



جدول (۱۲۸-۳) : لیست اسامی نمونه‌های سنگی مسیر پیمایش CH-2

مختصات		آنالیز	شماره نمونه	ردیف
Y	X			
3676296	614406	AAS	SH-166	1
3676447	615821	ICP	SH-167	2
3677182	616834	ICP	SH-168	3

جدول (۱۲۹-۳) : نتیجه آنالیز ICP نمونه‌های مسیر پیمایش CH-2

SAMPLE	Content Unit : ppm Au ( ppb )										
	Au	W	Sb	Bi	Ag	Al2O3%	As	Ba	Be	CaO%	Cd
SH-167	2.2	1.20	0.81	0.20	1.3	8.2	34.6	2247	1.4	15.5	1.0
SH-168	2.6	0.50	0.50	0.20	0.7	5.3	16.4	52	1.0	4.0	0.2
SAMPLE	Co	Cr	Cu	Dy	Eu	Fe2O3%	Ga	Gd	Hf	K2O%	La
SH-167	5.5	51.1	10442.9	3.3	0.7	10.4	16.8	6.8	14.0	1.30	23.9
SH-168	3.1	21.9	0.2	3.4	0.1	1.8	13.2	3.3	3.4	0.01	17.5
SAMPLE	Li	Mg	MgO%	Mn	Mo	Na2O%	Nb	Nd	Ni	Pb	Pr
SH-167	34.0	11752.3	1.18	662	15.6	2.90	16.8	36.4	0.3	20.8	11.0
SH-168	59.3	1739.13	0.17	125	1.4	0.24	10.2	23.7	7.9	23.2	1.6
SAMPLE	Sc	Sm	Sn	Sr	Ta	Ti	U	V	Y	Zn	Zr
SH-167	8.1	4.4	1.5	1190	5.3	1947	1.0	104.3	27.0	135	201
SH-168	2.2	0.1	4.9	96	1.0	928	1.0	47.6	17.6	121	112

جدول (۱۳۰-۳) : نتیجه آنالیز جذب اتمی نمونه‌های مسیر پیمایش CH-2

SAMPLE	Content Unit : ppm Au ( ppb )									
	Ag	As	Cu	Mo	Pb	Sb	W	Zn	Au	Hg
166	0.1	5.0	36	0.86	7.8	2.6	2.2	68	2.6	0.05

نتایج آنالیز نمونه شماره SH-167 غنی سازی برای عناصر مس و استرانسیم نشان می‌دهد که می‌تواند به عنوان یک منطقه امیدبخش مشخص شود.



### CH-3-۴-۳- مسیر پیمایش

این مسیر پیمایش در غرب برگه ۱:۵۰،۰۰۰ ۱۰ مهر رخش واقع شده است. نقطه شروع پیمایش دارای مختصات  $58^{\circ} 0' 8''$  طول شرقی و  $33^{\circ} 56' 12''$  عرض شمالی می‌باشد. راه دسترسی از طریق جاده شوسه از سه قلعه به دق سرمحمدعلی، شند یکه تاخ به طرف شرق و جنوب شرق شکسته چاه خشت است. مسیر این پیمایش در شکل (۳-۴) نشان داده شده است.

لیتو لوزی عمدۀ این منطقه شامل واحدهای  $Pg^{sh}$  و  $Pg^{at}$  و  $Pg^{tb}$  که ردیفی ستبر از آگلومرا با لایه‌بندی ضعیف، پیروکلاستیک و توف است که با جریان های ناپیوسته از گدازه های باریک بصورت میان لایه‌ای قرار دارند. این گدازه ها با ترکیب آندزیتی تا بازالتی شامل بلور های بیگانه (Xenocrysts) از کوارتز با هاله واکنشی پیروکسن هستند، واحدهای  $Pg^{tb}$  در جنوب و جنوب‌خاوری منطقه برداشت بروند دارند و ستبرای آنها در شکسته دیوار به بیش از ۲۰۰۰ متر می‌رسد. افزون بر تکه‌های گوناگون سنگی، اسفرولیت های ولکانیکی نیز دیده می‌شوند. بر پایه گواههای زمین‌شناسی مانند تغییرات جانبی (از نوع تغییرات بین انگشتی و همبrij تدریجی)، نوع وابستگی همزمانی میان واحد های سنگی آنومالی خاصی را در محدوده نشان نمی‌دهد.

طبق بررسی‌های صحراوی از این منطقه اقدام به برداشت (۳) نمونه شد. فهرست و موقعیت محل برداشت نمونه‌ها بهمراه آنالیزهای انجام گرفته در جدول (۳-۱۳۱) آورده شده است. نتایج در جدول (۳-۱۳۳) و (۳-۱۳۴) آورده شده است. از واحد توف آندزیت همراه با آندزیت همراه با کانی سازی فلزی (احتمالاً مگنتیت) با آلتراسیون ضعیف نمونه شماره SH-171 برداشت شده است. در ادامه مسیر به یک رگه از جنس ریوداسیت که در واحد آندزیت تا توف آندزیت نفوذ کرده باعث خرد شدن و برشی شدن آندزیت شده است. در آندزیتها، یک زون آلتره بنتونیت دیده می‌شود که نمونه شماره SH-172 برداشت شده است. در اکثر سنگ‌های توف آندزیت آلتراسیون ضعیف کلریت دیده می‌شود. از این سنگ‌ها نمونه شماره SH-65 و SH-174 برداشت گردیدند. همچنین در سنگ‌های آندزیتی پچ حاوی کلریت و اکسیدهای آهن مشاهده شد که نمونه‌های شماره SH-61 و SH-64 و SH-67 برداشت شدند. در این مسیر رخمونی از توف آندزیتی که حاوی کانه‌زایی اکسید آهن مشاهده شد. از این سنگ‌ها نمونه شماره SH-66 برداشت شد. در این مسیر آثاری از معدن کاری شدادی مشاهده شد که نمونه‌های شماره SH-68x1 و SH-68x1 از آنها برداشت شدند. در انتهای مسیر



برونزدی از توفهای آندزیتی مشاهده شد که آلتره شده‌اند از این سنگ‌ها نمونه شماره SH-69 برداشت شد. همچنین در ادامه معدن کاری شدادی دیده شد که حاوی توفهای آندزیتی با آثاری از کانه‌زایی مالکیت می‌باشد. از این سنگ‌ها نمونه شماره SH-70 برداشت شد.

جدول (۱۳۱-۳) : لیست اسامی نمونه‌های سنگی مسیر پیمایش 3-CH

مختصات نمونه (UTM)		نوع آنالیز	شماره نمونه	ردیف
Y	X			
3674381	613435	XRD	SH-171	۱
3673767	614110	AAS	SH-172	۲
3671700	616231	thin	SH-174	۳
3672773	613207	AAS	SH-65	۴
3673139	613366	AAS	SH-61	۵
3671536	612442	SPE	SH-64	۶
3672981	609143	ICP	SH-68x1	۷
3673223	608987	ICP	SH-70	۸
3673708	610323	AAS	SH-66	۹
3673048	609839	AAS	SH-67	۱۰
3672981	609143	AAS	SH-68	۱۱
3673054	609003	AAS	SH-69	۱۲
3672981	609143	Fire Assay	SH-68x	۱۳

جدول (۱۳۲-۳) : مشخصات مقطع نازک نمونه شماره 174-sh

ردیف	شماره مقطع	Sh-174
۱	کانی‌های اصلی	پلازبی‌کلاز، بیوتیت، کانی‌های فرومیزین به جز بیوتیت‌ها که بهشدت آلتره شده اند، کوارتز، کانی‌های اوپک، کانی‌های ایزوتروپ احتمالاً گارنت، قطعات سنگی آپاتیت
۲	کانی‌های فرعی	کربنات، کلریت، کانی‌های اوپک، کائولن، سرسیت
۳	کانی‌های آلتراسیونی	پیروکلاستیک
۴	بافت سنگ	توف اسیدی بیرونی - توف ولکانیکی اسیدی
۵	نام سنگ	



جدول (۳-۳): نتایج آنالیز جذب اتمی (a)، اسپکتروفتوometری (b)، Fire Assay (c) و ICP (d) نمونه‌های مسیر پیمایش CH-3

(a)

SAMPLE	Content Unit : ppm Au ( ppb )									
	Ag	As	Cu	Mo	Pb	Sb	W	Zn	Au	Hg
172	0.1	0.6	34	0.51	2.5	4.6	1.4	87	1.7	0.05
65	65	0.6	2.7	114	0.15	5.6	3.2	7.1	541	1.9
61	0.1	6.3	17	0.46	4.8	2	1.6	87	1.8	0.05
66	0.1	3	31	0.66	3.1	2.9	1.2	72	2.2	0.05
67	0.1	17	23	0.1	4.5	27.6	0.8	51	2.1	0.09
68	0.1	2.2	7	1.04	3.3	2.6	1.1	70	2.6	0.05
69	0.1	1	58	0.2	0.2	5.1	0.8	81	2	0.05

(b)

NO	%SiO <sub>2</sub>	%Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%CaO	%MgO	%P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	%TiO <sub>2</sub>	%Na <sub>2</sub> O	%K <sub>2</sub> O	%MnO
SH-64	58	16	5	5	3	1	1	4	1	0

(c)

SAMPLE_NO	Au(ppb)
68x	1.9

(d)

SAMPLE_NO	AU	W	SB	BI	AG	AL2O3_	AS_	BA	BE	CAO_	CD
68x1	2.5	0.5	1.12	0.2	0.8	2.6	1.5	80	0.3	6.1	0.4
70	74	0.5	169	0.2	1	1.9	14.2	650	0.3	37.2	1.2
SAMPLE_NO	ZR	CO	CR	CU	DY	EU	FE2O3_	GA	GD	HF	K2O_
68x1	71	5.4	40.2	0.2	3.8	0.1	2.2	10.2	0.3	0.2	0.17
70	50	13.9	41.5	6707.2	7.7	1.8	2.5	0.1	1.2	3.4	0.04
SAMPLE_NO	LA	LI	MGO_	MN	MO	NA2O_	NB	ND	NI	P	PB
68x1	5.6	60.6	2.58	813	1.2	0.61	0.7	8.4	37.5	262	0.5
70	5	31.4	2.63	12503	0.8	0.37	44	26.2	39.1	196	13.3
SAMPLE_NO	PR	SC	SM	SN	SR	TA	TI	U	V	Y_1	ZN
68x1	2.3	2.8	0.1	0.1	82	0.7	1063	1	22.2	5.9	150
70	2.6	3.6	0.1	0.4	349	7.5	676	1	306.3	19.8	479



شکل (۳-۵۶) : تصویر میکروسکوپی از مقطع نازک نمونه شماره sh-174

با توجه به نتایج آنالیزها این محدوده برای عناصر فلزی فاقد ارزش اقتصادی می‌باشد. ولی با توجه به نتیجه XRD نمونه SH-171 که کانی‌های ساندین و هیولاندیت می‌تواند برای خاک صنعتی آنومالی داشته باشد.

#### ۴-۴-۴- مسیر پیمایش CH-4

این مسیر پیمایش در مرکز برگه ۱:۵۰،۰۰۰ چاه خشت واقع شده است. راه دسترسی از شهر خور و از طریق جاده شوسه به طرف چاه راهور است. نقطه شروع پیمایش دارای مختصات  $58^{\circ} 58' \text{ طول شرقی}$  و  $33^{\circ} 9' \text{ عرض شمالی}$  می‌باشد. مسیر این پیمایش در شکل (۳-۵۶) نشان داده شده است.

لیتولوژی عمده این منطقه شامل واحدهای  $\text{Pg}^{\text{at}}$  و  $\text{Pg}^{\text{tb}}$  است که ردیفی ستبر از آگلومرا بالایه بندی ضعیف، پیروکلاستیک و توف است که با جریان‌های ناپیوسته از گدازه‌های بازیک بصورت میان لایه ای قرار دارند. این گدازه‌ها با ترکیب آندزیتی تا بازالتی شامل بلور‌های بیگانه (Xenocrysts) از کوارتز با هاله واکنشی پیروکسن هستند، واحدهای  $\text{Pg}^{\text{at}}$  و  $\text{Pg}^{\text{tb}}$  در جنوب و جنوب خاوری منطقه برداشت بروزد دارند و اسفوولیت‌های ولکانیکی نیز دیده می‌شوند که احتمالاً وجود یک محیط زیر دریائی انتقالی را برای این واحد‌ها مطرح می‌نمایند. جریان‌های گدازه به صورت افقی،



کلاهک گونه و با ستبرای دهها متر، به طور دگرگشیب بر روی واحدهای کهن تراز جمله سنگ‌های پیروکلاستیکی (Pg<sup>ba</sup>) بر جای گذاشته شده‌اند. آندزیت‌های بیوتیت-آمفیبول دار (Pg<sup>tb</sup>، Pg<sup>at</sup>) دار (Pg<sup>pba</sup>)، آندزیت‌های پیروکسن و آمفیبول دار (Pg<sup>pa</sup>)، آندزیت‌پیروکسن دار (Pg<sup>pya</sup>) و بالاخره بازالت آلکالن یا آندزیت بازالتی اولیوین و پیروکسن دار (Ng<sup>oba</sup>) می‌باشد. مطالعات ژئوشیمیایی آنومالی خاصی را در محدوده نشان نمی‌دهد.

طبق بررسی‌های صحرایی اقدام به برداشت (۱۰) نمونه شد. فهرست و موقعیت محل برداشت نمونه‌ها بهمراه آنالیزهای انجام گرفته در جدول (۱۳۴-۳) آورده شده است. خاطر نشان می‌نماید که از این تعداد، (۳) نمونه جهت آنالیز ICP و Fire Assay، (۲) نمونه جهت آنالیز جذب اتمی، (۱) نمونه جهت آنالیز اسپکتروفوتومتری، (۱) نمونه جهت آنالیز XRD مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آنالیزها در جداول (۱۳۵-۳) تا (۱۳۸-۳) آورده شده است. در مسیر پیمایش توف آندزیت‌ها به همراه آندزیت بازالت تا بازالت آلتره شده‌اند و تبدیل به کلریت، هماتیت و بنتونیت شده است (نمونه شماره SH-177). در ادامه مسیر در این زون آلتره (نمونه شماره SH-178 و SH-179) و در داخل بنتونیتها، سولفات‌سیدیم مشاهده شد که اقدام به نمونه برداری شد (نمونه شماره SH-175). در ادامه مسیر در داخل واحدهای آندزیتی یک رگه سیلیسی دیده می‌شود که نمونه‌های شماره SH-176 و SH-177 از این رگه برداشت شدند. در ادامه مسیر به یک واحد آندزیتی رسیده که در داخل آن مقداری کانی‌سازی مالاکیت دیده می‌شود که نمونه‌های SH-180، SH-181، SH-182 و SH-183 برداشت شدند.

جدول (۱۳۴-۳) : لیست اسامی نمونه‌های سنگی مسیر پیمایش CH-4

مختصات		نوع آنالیز	شماره نمونه	ردیف
Y	X			
۳۶۶۸۱۸۸	۶۰۵۰۴۸	XRD	SH-175	1
۳۶۶۸۳۴۲	۶۰۷۸۶۱	AAS	SH-176	2
۳۶۶۸۳۴۲	۶۰۷۸۶۱	ICP	SH-176X	3
۳۶۶۸۴۸۷	۶۰۹۴۹۳	AAS	SH-177	4
۳۶۶۸۸۴۰	۶۰۹۵۲۵	XRD	SH-178	5
۳۶۶۹۴۵۰	۶۰۹۸۰۴	SPE	SH-179	6
۳۶۷۰۴۶۴	۶۰۹۲۵۹	ICP	SH-180	7
۳۶۷۰۳۹۹	۶۰۹۲۰۸	ICP	SH-181	8
۳۶۶۸۰۳۱	۶۰۹۵۴۱	Fire Assay	SH-182	9
۳۶۶۸۰۳۱	۶۰۹۲۴۵	XRD	SH-183	10



گزارش نهایی کنترل و بررسی نواحی امیدبخش در ورقه ۱:۱۰۰،۰۰۰ شارقی  
فصل سوم: بررسی نواحی امیدبخش و مشکوک به کانی‌سازی



جدول (۱۳۵-۳) : نتیجه آنالیز ICP نمونه‌های مسیر پیماش CH-4

Content Unit : ppm Au ( ppb )											
SAMPLE	Au	W	Sb	Bi	Ag	Al2O3%	As	Ba	Be	CaO%	Cd
176x	3.2	1.28	4.91	0.20	0.8	1.6	10.7	397	0.8	16.6	0.7
180	2.0	1.36	0.50	0.20	0.8	7.7	11.3	523	1.9	4.5	0.7
181	2.6	1.04	1.43	0.20	0.8	9.7	8.3	499	1.7	5.6	0.6
SAMPLE	Co	Cr	Cu	Dy	Eu	Fe2O3%	Ga	Gd	Hf	K2O%	La
176x	2.0	26.9	0.2	1.3	0.1	2.0	10.8	0.1	2.3	0.15	4.0
180	11.7	54.6	2.7	2.8	0.8	6.6	26.9	2.4	8.7	3.56	13.2
181	15.2	61.4	0.2	3.9	1.4	7.4	27.3	2.4	8.9	2.45	14.5
SAMPLE	Li	Mg	MgO%	Mn	Mo	Na2O%	Nb	Nd	Ni	Pb	Pr
176x	53.4	2424.92	0.24	2879	1.6	0.23	13.1	11.3	0.5	1.8	2.1
180	39.9	14938.8	1.49	412	1.1	3.10	31.5	23.0	5.8	41.9	6.8
181	72.7	25605.8	2.56	717	1.6	2.80	31.2	26.8	9.9	11.1	7.5
SAMPLE	Sc	Sm	Sn	Sr	Ta	Ti	U	V	Y	Zn	Zr
176x	6.7	0.1	4.2	119	3.5	556	1.0	101.8	8.6	119	37
180	8.7	4.3	9.5	310	4.2	5131	5.6	149.2	17.4	159	324
181	8.4	5.0	6.0	394	6.8	5450	0.6	138.1	19.5	164	5

جدول (۱۳۶-۳) : نتیجه آنالیز جذب اتمی نمونه‌های مسیر پیماش CH-4

Content Unit : ppm Au ( ppb )										
SAMPLE	Ag	As	Cu	Mo	Pb	Sb	W	Zn	Au	Hg
176	0.1	22.9	9	1.66	21.7	8.5	3.4	143	1.9	0.09
177	0.1	12.1	16	1.34	13.8	2.5	2.8	83	1.2	0.05

جدول (۱۳۷-۳) : نتیجه آنالیز اسپکتروفوتومتری نمونه‌های مسیر پیماش CH-4

SAMPLE	%SiO2	%Al2O3	%Fe2O3	%CaO	%MgO	%P2O5	%TiO2	%Na2O	%K2O	%MnO
SH-179	57	17.4	6.64	5.75	2.24	0.8	0.8	3.35	4.05	0.076

جدول (۱۳۸-۳) : نتیجه آنالیز Fire Assay نمونه‌های مسیر پیماش CH-4

SAMPLE	Au ( ppb )
182	2



نتایج آنالیز XRD نمونه شماره SH-175 وجود کانی Thenardite با فرمول  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  را نشان می‌دهد که در این محدوده پیمایش موید وجود سولفات سدیم همراه با بنتونیت است. ولی غنی سازی فلزی در محدوده دیده نمی‌شود. محدوده به عنوان یک ناحیه امیدبخش برای سولفات سدیم معرفی می‌شود.

### CH-۵-۴-۳-مسیر پیمایش ۵

این مسیر پیمایش در جنوب برگه ۱:۵۰،۰۰۰ چاه خشت واقع شده است. نقطه شروع پیمایش دارای مختصات "۱۲'۸" طول شرقی و "۵۱'۵۲" عرض شمالی می‌باشد. راه دسترسی از طریق جاده شوسه سه قلعه به دق سرمه محمد علی شند یکه تاخ به شرق و جنوب شرق شکسته چاه خشت است. مسیر این پیمایش در شکل (۵۴-۳) نشان داده شده است.

لیتولوژی عمده محدوده شامل جریان‌های گدازه‌ای به صورت افقی، کلاهک گونه و با ستبرای دهها متر، به طور دگرشیب بر روی واحدهای کهن‌تر از جمله سنگ‌های پیروکلاستیکی ( $\text{Pg}^{\text{tb}}$ ،  $\text{Pg}^{\text{at}}$ ) بر جای گذاشته شده‌اند. بافت میکروسکوپی متداول این سنگ‌ها پورفیریتیک، گلومروپورفیریتیک، اورتوفیریک و جریانی می‌باشد. این جریان‌های گدازه بر پایه ردیف چینه‌ای و کانی‌های همانند شامل آندزیت‌های بیوتیت-آمفیبول دار ( $\text{Pg}^{\text{ba}}$ )، آندزیت‌های پیروکسن و بیوتیت دار ( $\text{Pg}^{\text{pba}}$ )، آندزیت‌های پیروکسن و آمفیبول دار ( $\text{Pg}^{\text{pa}}$ )، آندزیت پیروکسن دار ( $\text{Pg}^{\text{pya}}$ ) و بالاخره بازالت آلکالن یا آندزیت بازالت اولیوین و پیروکسن دار ( $\text{Ng}^{\text{oba}}$ ) می‌باشد. وضعیت زمین‌شناسی این منطقه در شکل (۵۵-۳) ارائه شده است. مطالعات ژئوشیمیایی آنومالی خاصی را در محدوده نشان نمی‌دهد.

جمعاً از مسیر پیمایش CH-5، اقدام به برداشت (۸) نمونه شد. فهرست این نمونه‌ها بهمراه موقعیت محل برداشت و نوع آنالیزهای انجام گرفته در جدول (۱۳۹-۳) آورده شده‌است. خاطر نشان می‌نماید که از این تعداد، (۳) نمونه جهت آنالیز ICP، (۱) نمونه جهت جذب اتمی، (۲) نمونه جهت آنالیز اسپکتروفوتومتری و (۲) نمونه جهت XRD مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آنالیزهای صورت گرفته در جداول (۱۴۰-۳) تا (۱۴۳-۳) ارائه شده است.

در مسیر پیمایش ابتدا به آلتراسیون کلریت و بنتونیتی رسیده که نمونه شماره 184-SH از آن برداشته شد. در ادامه مسیر از دایکی با شکستگی‌های زیاد که در داخل آن‌ها ملاکیت دیده است، نمونه شماره 185-SH برداشته شده است.



در ادامه مسیر در داخل توف آندزیته‌ها، دایک‌های نفوذ نموده‌اند که دارای کانی‌سازی از نوع مالاکیت می‌باشد (نمونه‌های شماره SH-186، SH-187). در ادامه مسیر در داخل دایک‌ها در چند نقطه آثاری از کانی‌سازی رویت شد. از این سنگ‌ها نمونه‌های شماره SH-189 و SH-190 برداشت شد. در نقطه‌ای با موقعیت ۳۶۷۵۲۴۴-۶۱۱۸۱۸ یک کوره شدادی است که نمونه شماره SH-191 از این کوره شدادی برداشته شده است.

جدول (۱۳۹-۳) : لیست اسامی نمونه‌های سنگی مسیر پیمایش CH-5

مختصات		نوع ازمایش	شماره نمونه	ردیف
Y	X			
3656764	615979	XRD	SH-184	۱
3656549	615038	ICP	SH-185	۲
3656835	614988	SPE	SH-186	۳
3637660	614634	AAS	SH-187	۴
3658138	614698	SPE	SH-188	۵
3658080	613812	ICP	SH-189	۶
3660443	613382	XRD	SH-190	۷
3658204	615959	ICP	SH-191	۸

جدول (۱۴۰-۳) : نتیجه آنالیز جذب اتمی نمونه‌های مسیر پیمایش CH-5

Content Unit : ppm Au ( ppb )										
SAMPLE	Ag	As	Cu	Mo	Pb	Sb	W	Zn	Au	Hg
SH-187	0.1	2.0	66	1.31	6.5	2.6	2.2	128	1.2	0.05

جدول (۱۴۱-۳) : نتیجه آنالیز اسپکتروفوتومتری نمونه‌های مسیر پیمایش CH-5

SAMPLE	%SiO <sub>2</sub>	%Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%CaO	%MgO	%P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	%TiO <sub>2</sub>	%Na <sub>2</sub> O	%K <sub>2</sub> O	%MnO
SH-186	50.6	19.1	8.4	8.34	3.46	1.19	0.83	3.73	2.17	0.153
SH-188	51	17.41	9.13	4.69	3.78	0.51	0.85	2.75	6.5	0.127



جدول (۳-۱۴) : نتیجه آنالیز ICP نمونه‌های مسیر پیمایش 5-CH

Content Unit : ppm Au ( ppb )											
SAMPLE	Au	W	Sb	Bi	Ag	Al2O3%	As	Ba	Be	CaO%	Cd
185	2.5	0.50	0.50	0.20	0.8	12.3	2.2	402	1.1	8.3	1.1
189	2.2	1.36	0.50	0.20	0.7	8.6	2.2	306	1.3	6.5	0.9
191	5.4	2.43	1.43	0.20	1.6	7.2	59.0	2154	1.2	14.9	1.0
SAMPLE	Co	Cr	Cu	Dy	Eu	Fe2O3%	Ga	Gd	Hf	K2O%	La
185	16.1	28.7	0.2	4.0	2.0	11.0	30.3	0.1	4.7	1.34	6.3
189	16.2	196.4	0.2	3.5	1.4	9.1	25.2	1.7	5.3	2.67	13.2
191	10.8	95.3	22281.9	3.2	1.0	12.0	18.4	6.7	12.2	1.02	15.8
SAMPLE	Li	Mg	MgO%	Mn	Mo	Na2O%	Nb	Nd	Ni	Pb	Pr
185	9.8	22920.2	2.29	1411	1.4	2.88	41.9	24.5	1.1	10.7	11.7
189	24.7	32362	3.24	882	0.2	1.90	29.2	26.7	27.8	12.9	9.4
191	35.9	22146.4	2.21	1193	18.2	1.61	15.3	24.6	12.5	37.6	12.6
SAMPLE	Sc	Sm	Sn	Sr	Ta	Ti	U	V	Y	Zn	Zr
185	15.6	4.9	4.2	435	5.1	5842	1.0	272.7	17.7	279	134
189	14.9	3.4	6.1	410	3.6	4588	1.0	177.1	19.7	190	148
191	9.3	1.2	2.0	1066	6.5	2596	1.0	127.6	16.9	156	165

با توجه به نتایج آنالیزها، نمونه شماره SH-191 برای عنصر مس به میزان 22281ppm غنی‌شدگی نشان می‌دهد و نتیجه XRD نمونه شماره SH-190 حاکی از این است که این ناحیه برای خاک صنعتی می‌تواند بعنوان اولویت درجه دو مشخص شود.



#### ۴-۱-۱-۴- نتیجه‌گیری

##### ۴-۱-۱-۱- مناطق آنومالی در برگه ۵۰،۰۰۰: راویج

###### R-4-۱-۱-۱- مسیر پیمایش

این آنومالی در مرکز برگه ۵۰،۰۰۰: راویج قرار دارد. در این پیمایش یک واحد آهکی کریستالیزه مشهود بود که جهت بلوک ساختمانی، نمونه SH-20 به کارگاه برش ارسال گردید. خاطر نشان می‌نماید که نتایج XRD نمونه‌های شماره SH-115 و SH-117 حاکی از وجود بنتونیت در این مسیر پیمایش می‌باشد که می‌تواند مورد نظر باشد و نمونه شماره SH-20 جهت تهیه بلوک سنگ نما ۱۰ برداشت شده است که سنگ مرمریت سیلیسی به همراه رگه‌های آهن‌دار می‌باشد و می‌تواند جهت مصارف ساختمانی استفاده قرار گیرد.

###### R-7-۱-۱-۲- مسیر پیمایش

این آنومالی در شمال شرق برگه ۵۰،۰۰۰: راویج قرار دارد. بر اساس نتایج آنالیز نمونه شماره SH-33 که از آندزیت‌های پیروکسن‌دار برداشت شد جهت عناصر مس (۱۱۲۳ ppm)، سرب (۷۲۰.۵۷ ppm)، آنتیموان (۱۹۱۶ ppm) و روی (۸۱۴.۹۱ ppm) آنومالی نشان می‌دهد که می‌تواند به عنوان یک منطقه امید بخش معرفی گردد.

##### ۴-۱-۲- مناطق آنومالی برگه ۵۰،۰۰۰: مهرخش

###### M-1-۱-۲- ناحیه امید بخش شماره (۱)؛ مسیر پیمایش

این آنومالی در شمال شرق برگه ۵۰،۰۰۰: مهرخش قرار گرفته است. در سطح آندزیتها تا توف آندزیت‌ها، آلتراسیون کلریتی و هماتیتی و کانه زایی مس در کنタکت گسلی دیده می‌شود. با توجه به نتایج آنالیز نمونه‌های شماره SH-44، SH-46، SH-147 برای عنصر مس آنومالی نشان داده است. البته کانه‌زایی مس در منطقه به صورت ملاکیت مشهود بود که گمان می‌رود این نوع کانه زایی در ارتباط با دایک‌هایی است، که در توف‌های آندزیتی نفوذ کرده است که می‌توان با انجام روش‌های ژئوفیزیک عمق کانی‌سازی مذکور مشخص شود. نتیجه آنالیز XRD نمونه شماره SH-47



برداشت شده از مسیر پیمایش 1- M ، حاکی از وجود آتراسیون کائولینیت می‌باشد که می‌تواند جهت استفاده از خاک صنعتی مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

#### ۴-۲-۱-۲- ناحیه امید بخش شماره (۲)؛ مسیر پیمایش 2-M-2

این ناحیه امید بخش در جنوب غرب برگه ۱:۵۰،۰۰۰ مهررخش قرار گرفته است. در مسیر پیمایش 2-M به معدن شدادی مهررخش برخورد شد که کانه‌سازی در داخل آندزیت‌ها بصورت رگه‌ای به تعداد سه رگه رویت شد. البته چهار کارگاه استخراجی در این منطقه وجود دارد که با این وجود ، این معدن در حال حاضر فعال نبوده است البته یکسری کار اکتشافی شامل حفر چاهک و ترانشه بر روی معدن انجام شده که متأسفانه اطلاعاتی از نتایج این کارهای اکتشافی در دست نمی‌باشد. نتیجه آنالیز برای نمونه شماره SH-212 بیانگر غنی‌شدگی مس به میزان ۲۳۹۴۱ ppm در محدوده معدن شدادی مس مهر رخش است.

در شمال محدوده معدن مهررخش و همچنین در محدوده آندزیتها ی آمفیبیول دار که کانی سازی مس بصورت مالاکیت در داخل سنگ دیده می‌شود، طبق نتیجه آنالیز ICP برای نمونه شماره Sh-215 میزان مس را ۱۱۷۸۷ ppm نشان می‌دهد که می‌توان از آن بعنوان یک محدوده امید بخش دارای آنومالی مس یاد کرد.

#### ۴-۲-۱-۳- ناحیه امید بخش شماره (۳)؛ مسیر پیمایش 4-M-4

این ناحیه در جنوب نقشه ۱/۵۰۰۰۰ مهررخش قرار دارد. طبق پیمایش انجام گرفته 4-M در منطقه در مختصات جغرافیایی (UTM) : ۳۶۶۷۸۹۹-۶۲۶۳۱۳ به معدن شدادی معروف به محدوده رشیدی می‌رسیم. یک کوره، مقدار زیادی کنده کاری و چاهک اکتشافی و ترانشه وجود دارد. در نمونه شماره SH-217 که میزان طلا (۴۸ ppb) و مس (۵۳۳۲ ppm) در خور توجه می‌باشد، و در نمونه شماره SH-220 مس (۱۹۷۵۲.۳ ppm) را نشان می‌دهد. تمام تمرکز کانی‌سازی در زون داخل رگه می‌باشد که می‌تواند به عنوان یک محدوده امید بخش دارای آنومالی برای عنصر مس شناسایی شود.



#### ۴-۲-۱-۴- ناحیه امید بخش شماره (۴)؛ مسیر پیمایش M-6

در جنوب غرب برگه ۱:۵۰،۰۰۰ مهررخش قرار دارد. در مسیر پیمایش M-6 به یک معدن قدیمی شدادی رسیده که در واحدهای آندزیتی قرار دارد. این معدن شدادی بصورت تونل می‌باشد که البته دهانه تونل ریزش نموده است. معدن مذکور بین ۳/۹ و ۱/۶ درصد مس در نمونه‌ها نشان می‌دهد و می‌تواند به عنوان یک محدوده امید بخش دارای آنومالی برای عنصر مس شناسایی شود.

#### ۴-۲-۱-۵- ناحیه امید بخش شماره (۵)؛ مسیر پیمایش M-7

این ناحیه در غرب برگه ۱:۵۰،۰۰۰ مهررخش قرار دارد. در داخل آندزیت‌ها به یک دایک رسیده که طول این دایک ۳۰۰ متر و عرض آن بین (۵)-(۶) متر و دارای امتداد S15E می‌باشد. تعداد (۶) تا (۷) اثر معدن‌کاری قدیمی قابل شناسایی می‌باشد با توجه به نتایج نمونه SH-236 این محدوده می‌تواند برای عنصر مس (35396.9 ppm) به عنوان ناحیه امید بخش دارای آنومالی مس معرفی گردد.

#### ۴-۲-۱-۶- ناحیه امید بخش شماره (۶)؛ مسیر پیمایش M-10

این ناحیه در جنوب غرب برگه ۱:۵۰،۰۰۰ مهررخش قرار دارد. در ابتدای مسیر پیمایش M-11، در داخل آندزیت‌ها به یک دایک با روند شمال غربی-جنوب شرقی می‌رسیم که در داخل دایک مقدار کانی سازی از نوع ملاکیت دیده می‌شود. نتایج آنالیز نمونه (SH-275) برای عنصر مس بین ۴۸۲۵۶ ppm تا ۱۵۸۵۶ ppm غنی‌سازی نشان می‌دهد. با این توضیحات می‌توان محدوده مسیر پیمایش M-10 را به عنوان ناحیه امید بخش دارای آنومالی مس معرفی نمود.



### ۴-۱-۳- مناطق آنومالی برگه ۱:۵۰،۰۰۰ چاه خشت

#### ۴-۱-۳-۱- ناحیه امیدبخش شماره (۱)؛ مسیر پیمایش Ch-2

این ناحیه در شمال شرق برگه ۱:۵۰،۰۰۰ شکسته چاه خشت قرار گرفته است. در مسیر پیمایش Ch-2 بر روی سنگ‌های آندزیت و آندزیت بازالت کانی سازی از نوع ملاکیت دیده می‌شود که با کمی اکسید آهن همراه است. نتایج نمونه SH-167 غنی سازی عنصر مس به میزان 10442 ppm نشان می‌دهد که می‌تواند به عنوان یک محدوده امیدبخش مشخص شود.

#### ۴-۲-۳-۱- در مسیر پیمایش CH-4

مسیر پیمایش CH-4 در شرق نقشه ۱/۵۰۰۰۰ شکسته چاه خشت قرار گرفته است. رخنمون سنگی محدوده از توف آندزیت به همراه آندزیت بازالت که در بعضی از نقاط آلترا شده و تبدیل به بنتونیت و هماتیت گردیده، تشکیل شده است. نتایج آنالیز XRD نمونه SH-175 وجود کانی Thenardite با فرمول  $(Na_2S_04)$  را به اثبات می‌رساند که موید وجود سولفات‌سدیم در این منطقه می‌باشد که همراه با بنتونیت دیده می‌شود. لذا به عنوان یک اولویت درجه دو معروفی می‌شود.

#### ۴-۳-۱- در مسیر پیمایش 5

این پیمایش در شرق نقشه ۱/۵۰۰۰۰ قرار گرفته است. نمونه SH-191 برای عنصر مس (22281 ppm) غنی شدگی نشان می‌دهد لذا می‌تواند بعنوان اولویت درجه دو مشخص شود.

#### ۴-۱-۴- آنومالی در برگه رباط مورشك

#### ۴-۱-۱- در مسیر پیمایش B-1



این پیمایش در غرب نقشه ۱/۵۰۰۰۰ ریاض مورشك قرار گرفته است. نتایج آنالیز این محدوده حاکی از غنی سازی برای عنصر سرب تا (79717 PPM)، عنصر روی تا (10601 PPM) و عنصر استرانسیم (6296 ppm) می‌باشد که می‌تواند به عنوان یک اولویت شماره یک مشخص شود.

#### ۴-۲-۴- پیشنهادات

با توجه به نتیجه آنالیزها و مطالعات صحرایی و نتایج به دست آمده از مناطق امیدبخش، سه محدوده برای مطالعات تكمیلی معرفی می‌گردد (شکل ۴-۱ محدوده‌های مستعد در برگه ۱:۱۰۰۰۰ شارقج).

#### ۴-۲-۱- مهرخش

این ناحیه پیشنهادی در مرکز تا غرب برگه ۱:۵۰،۰۰۰ مهرخش قرار گرفته است. مختصات محدوده در جدول (۱-۴) آورده شده است.

جدول (۱-۴): مختصات محدوده پیشنهادی شماره یک در برگه ۱/۵۰۰۰۰ مهرخش

رئوس	عرض جغرافیایی	طول جغرافیایی
A	۳۳°۱۱'۱۲"	۵۸°۱۷'۴۴"
B	۳۳°۰'۵۶"	۵۸°۲۵'۵۴"
C	۳۳°۰'۱'۲۷"	۵۸°۲۳'۲۹"
D	۳۳°۰'۷'۰۵"	۵۸°۱۴'۳۵"

محدوده مورد نظر شامل مسیرهای پیمایش M-2، M-3، M-10 می‌باشد. که کانی سازی در داخل آندزیت‌ها به صورت رگه‌ای رویت شده است. این محدوده منطبق بر آنومالی شماره یک ژئوشیمیایی می‌باشد. در این محدوده تعداد زیادی کار شدادی دیده می‌شود. که مهمترین آنها در معدن مس مهرخش و رشیدی دیده می‌شود. همچنین تعداد زیادی آثار کانی سازی در سطح آندزیت‌ها قابل شناسایی می‌باشد. اکثر کانی سازی‌ها در سطح از نوع ملاکیت و



منطبق برزون گسلی بوده است ضمن اینکه نتایج آنالیز نمونه‌ها بین ۲ تا ۳ درصد مس نشان می‌دهد لذا این محدوده برای مطالعات تکمیلی معرفی می‌شود.

#### ۴-۲-۲- شمال شارقج

این محدوده در شمال شرق برگه ۱/۵۰۰۰۰ مهرخشنودر شمال آبادی شارقج قرارگرفته است. که مختصات آن در جدول ۴-۲ آورده شده است.

جدول (۴-۲): مختصات محدوده پیشنهادی شماره دو در برگه ۱/۵۰۰۰۰ مهرخشنودر

رئوس	عرض جغرافیایی	طول جغرافیایی
A	۳۳°۱۲'۵۳"	۵۸°۲۴'۳۰"
B	۳۳°۱۲'۴۹"	۵۸°۳۰'۰۰"
C	۳۳°۰'۹'۰۷"	۵۸°۳۰'۰۰"
D	۳۳°۰'۹'۰۷"	۵۸°۲۴'۳۰"

این محدوده شامل مسیرهای پیمایش M-1b، M-6 و M-7 می‌باشد در این محدوده تعدادی دایک با روند E S1 ۵° به موازت هم در داخل آندزیت‌ها نفوذ کرده‌اند. که اکثراً همراه با کانی سازی از نوع مالاکیت است. تعداد زیادی کنده کاری شدادی در این محدوده دیده می‌شود با توجه به نتایج نمونه‌ها این محدوده می‌تواند برای عنصر مس (129163ppm)، (35396.9 ppm) و (19546ppm) حائز اهمیت باشد. از این رو برای مطالعات تکمیلی معرفی می‌گردد.



### ۴-۲-۳- چاه تقره

این ناحیه در جنوب برگه ۱/۵۰۰۰۰ رباط مورشك واقع شده است و منطبق بر مسیر پیمايش B-1 و B-7 می باشد که مختصات محدوده در جدول ۴-۳ آورده شده است.

جدول (۴-۳): مختصات محدوده پیشنهادی شماره سه در برگه ۱/۵۰۰۰۰ رباط مورشك

رئوس	عرض جغرافیایی	طول جغرافیایی
A	۳۳°۲۰'۳۰"	۵۸°۰۳'۰۰"
B	۳۳°۲۰'۳۰"	۵۸°۰۷'۳۰"
C	۳۳°۱۵'۰۰"	۵۸°۰۷'۳۰"
D	۳۳°۱۵'۰۰"	۵۸°۰۳'۰۰"

وجود یک گسل در داخل داسیت ها و سازند ماسه سنگی شمشک باعث کانی سازی بصورت پلی متال شده است و تعداد زیادی کنده کاری و کوره ذوب در محدوده دیده می شود. همچنین با توجه به نتایج آنالیز نمونه ها، برای عناصر سرب (79717 PPM)، روی (10601 PPM)، استرانسیم (6296 ppm)، غنی سازی نشان می دهد که می توان آن را برای مطالعات تکمیلی معرفی نمود.

منابع



### منابع:

- ۱- افتخارنژاد، ج.، ۱۳۵۹.، تفکیک بخش‌های مختلف ایران از نظر وضع ساختمانی در ارتباط با حوزه‌های رسوی، نشریه انجمن نفت شماره ۸۲
- ۲- امامی، م.، ۱۳۷۵.، معادن ایران (فعال و غیر فعال)، ۴۴۷ صفحه
- ۳- جوان، غ، قاسمی، م، ۱۳۸۴، گزارش تعیین محل ایستگاههای لرزه نگاری باند پهن دائم استان خراسان رضوی.
- ۴- سازمان جغرافیایی کشور، ۱۳۵۲.، نقشه ۱:۵۰۰۰۰ توپوگرافی راویج.
- ۵- سازمان جغرافیایی کشور، ۱۳۵۲.، نقشه ۱:۵۰۰۰۰ توپوگرافی مهررخش.
- ۶- سازمان جغرافیایی کشور، ۱۳۵۲.، نقشه ۱:۵۰۰۰۰ توپوگرافی رباط مورشك.
- ۷- سازمان جغرافیایی کشور، ۱۳۵۳.، نقشه ۱:۵۰۰۰۰ توپوگرافی چاه خشت.
- ۸- سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، نقشه ۱:۱۰۰۰۰۰ زمین‌شناسی شارقنج، ۱۹۹۵.
- ۹- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان رضوی، ۱۳۸۴، ارزیابی عملکرد برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خراسان.
- ۱۰- کره‌ای، م. ت، گزارش اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک در محدوده برگه ۱:۱۰۰۰۰۰ شارقنج، وزارت صنایع و معادن، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
- ۱۱- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، ۱۳۸۷، دستورالعمل رده‌بندی ذخایر معدنی، نشریه شماره ۳۷۹.
- ۱۲- وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، ۱۳۸۴، جغرافیای استان خراسان رضوی.
- ۱۳- وزارت صنایع و معادن، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، ۱۳۸۷، پایگاه ملی داده‌های علوم زمین کشور.
- 14- Afshar harb, A., 1979., The stratigraphy, tectonic and petroleum geology of Kopet dagh region.
- 15-Alavi, M., 1972, Etude Geologique.. La region de D jam., Geological survey of Iran., No 23., 293p.



- 16 -Berberian, M., King, G. C. P., 1981., Towards apale geography and tectonic evolution of Iran., Canadian Journal of Earth sciences 18., 210-285 pp.
- 17 - Eshtoklin, J., 1968., Structural history and tectonics of Iran areview., American Assocition of petroleum geologists Bulletin.52 (7)., 1229-1258pp.
- 18 -Stampfi, G. M., 1978., Etude geologique general de 1., Elbourz oriental au sud de Gonbad-e qabus. (Iran NE)., Phd thesis universite de Geneve., 329p.

# پرسوستا

(لیست نمونه های برداشت شده)

	<b>گزارش نهایی کنترل و بررسی نواحی امیدبخش در ورقه ۱:۱۰۰،۰۰۰ شارقچ</b> <b>پیوست ۱</b>	
--	------------------------------------------------------------------------------------------	--

ردیف	شماره نمونه	X	Y	ردیف	شماره نمونه	X	Y
1	sh-1	633773	3698626	31	sh-27	0618515	3687514
2	Sh-2	633477	3698640	32	sh-28	0618836	3688549
3	Sh-3	633358	3697677	33	sh-29	0630630	3704872
4	Sh-4	633907	3697092	34	sh-30	0630608	3705060
5	Sh-5	637587	3686297	35	sh-31	0619841	3706116
6	Sh-6	637993	3685897	36	sh-32	0620332	3706328
7	Sh-6x	637993	3685897	37	sh-33	0620173	3705705
8	Sh-7	638150	3685783	38	sh-34	0619166	3699674
9	Sh-8	638179	3685949	39	sh-35	0618692	3698990
10	Sh-9	0636987	3689649	40	sh-36	0632684	3674539
11	Sh-10	0636984	8689336	41	sh-37	0632591	3674403
12	Sh-11	0618462	3681022	42	sh-38	0632595	3674305
13	Sh-11x	0618462	3681022	43	sh-39	0632604	3674294
14	Sh-12	617862	3680545	44	sh-40	0632710	3674021
15	Sh-13	0617860	3680432	45	sh-41	0632146	3674205
16	Sh-14	0617940	3680043	46	sh-42	0632088	3674827
17	Sh-15	0618433	3679954	47	sh-43	0630053	3679467
18	Sh-16	0618887	3680060	48	sh-43x	0630053	3679467
19	Sh-17	0620160	3680607	49	sh-44	0630094	3679352
20	Sh-18	624291	3696095	50	sh-45	0630204	3679152
21	Sh-19	0624190	3695696	51	sh-46	0630115	3679715
22	Sh-19x	0624190	3695696	52	sh-47	0630115	3679715
23	Sh-20	0624175	3695560	53	sh-48	0629988	3679953
24	Sh-21	0623974	3695047	54	sh-48x	0629988	3679953
25	Sh-21x	0623974	3695047	55	sh-49	0629961	3680117
26	Sh-22	0623975	3694847	56	sh-50	0609882	3682734
27	Sh-23	0624496	3695757	57	sh-51	0610223	3682851
28	Sh-24	628176	3700816	58	sh-52	0610397	3682640
29	Sh-25	0618148	3688516	59	sh-53	0610878	3683590
30	Sh-26	0618109	3688200	60	sh-54	0611480	3683796

**گزارش نهایی کنترل و بررسی نواحی امیدبخش در ورقه ۱:۱۰۰،۰۰۰ شارقج**  
**پیوست ۱**

ردیف	شماره نمونه	X	Y	ردیف	شماره نمونه	X	Y
61	sh-55	0611510	3683662	91	Sh-112	619094	3682212
62	sh-56	0614461	3678683	92	Sh-113	619451	3681654
63	sh-57	0614822	3679062	93	Sh-114	620626	3682821
64	sh-58	0615302	3678235	94	Sh-115	624918	3696918
65	sh-59	0615182	3677856	95	Sh-116	625110	3697131
66	sh-60	0614313	3677796	96	Sh-117	626893	3696845
67	sh-61	0613866	3673139	97	Sh-119	627190	3696637
68	sh-62	0613560	3672413	98	Sh-120	627196	3696396
69	sh-63	0612849	3671476	99	Sh-123	627604	3700932
70	sh-64	0612442	3671536	100	Sh-124	618791	3691953
71	sh-65	0613207	3672773	101	Sh-126	618529	3691756
72	sh-66	0610323	3673708	102	Sh-127	618326	3691725
73	sh-67	0609839	3673048	103	Sh-128	618446	3691086
74	sh-68	0609143	3672981	104	Sh-129	618577	3690895
75	sh-68x	0609143	3672981	105	Sh-130	618588	3690785
76	sh-68x1	0609143	3672981	106	Sh-131	618565	3690676
77	sh-69	0609003	3673054	107	Sh-132	618626	3690443
78	sh-70	0608987	3673223	108	Sh-133	618355	3689880
79	Sh-100	633673	3698074	109	Sh-134	618355	3689880
80	Sh-101	633525	3697407	110	Sh-135	630798	3704512
81	Sh-102	633563	3697137	111	Sh-136	630897	3704600
82	Sh-103	638791	36887886	112	Sh-137	630962	3704669
83	Sh-104	639411	3689160	113	Sh-137x	630962	3704669
84	Sh-105	639605	3689266	114	Sh-138	619154	3705871
85	Sh-106	638887	3688374	115	Sh-139	618016	3706265
86	Sh-107	638987	3688201	116	Sh-140	617987	3706741
87	Sh-108	638651	3687863	117	Sh-142	619001	3699633
88	Sh-109	618214	3681146	118	Sh-143	633140	3674808
89	Sh-110	617996	3681483	119	Sh-144	633743	3675611
90	Sh-111	617943	3682019	120	Sh-145	633934	3675647

**گزارش نهایی کنترل و بررسی نواحی امیدبخش در ورقه ۱:۱۰۰،۰۰۰ شارقج**  
**پیوست ۱**

ردیف	شماره نمونه	X	Y	ردیف	شماره نمونه	X	Y
121	Sh-146	634073	3675520	151	Sh-176x	607861	3668342
122	Sh-148	634818	3675215	152	Sh-177	609493	3668487
123	Sh-149	634931	3675121	153	Sh-178	609525	3668840
124	Sh-150	634827	3674971	154	Sh-179	609804	3669450
125	Sh-151	634863	3675001	155	Sh-180	609259	3670264
126	Sh-152	634896	3674891	156	Sh-181	609208	3670399
127	Sh-153	635038	3674742	157	Sh-182	609541	3669441
128	Sh-154	635212	3674850	158	Sh-183	609245	3668031
129	Sh-156	630493	3678542	159	Sh-184	615979	3656764
130	Sh-157	630330	3678985	160	Sh-185	615038	3656549
131	Sh-158	630577	3679352	161	Sh-186	614988	3656835
132	Sh-159	612079	3684021	162	Sh-187	614634	3637660
133	Sh-160	611988	3684070	163	Sh-188	614698	3658138
134	Sh-161	613670	3683691	164	Sh-189	613812	3658080
135	Sh-162	613274	3677248	165	Sh-190	613382	3660443
136	Sh-163	613365	3677152	166	Sh-191	611818	3675244
137	Sh-164	613806	3677066	167	Sh-192	611767	3675558
138	Sh-165	613935	3677228	168	Sh-201	634523	3697536
139	Sh-166	614406	3676157	169	Sh-202	634914	3696967
140	Sh-167	615821	3676447	170	Sh-203	635131	3696694
141	Sh-168	616834	3677182	171	Sh-204	631559	3700281
142	Sh-169	615473	3678181	172	Sh-206	636558	3684555
143	Sh-170	613344	3674910	173	Sh-207	637502	3684418
144	Sh-171	613435	3674381	174	Sh-207x	637502	3684418
145	Sh-172	614110	3673767	175	Sh-208	637801	3684545
146	Sh-173	616377	3671363	176	Sh-209	637660	3685025
147	Sh-174	616123	3671700	177	Sh-210	636778	3688488
148	Sh-174x	616123	3671700	178	Sh-211	637061	3688352
149	Sh-175	605048	3668188	179	Sh-212	641346	3891357
150	Sh-176	607861	3668342	180	Sh-212x	617848	3666470

**گزارش نهایی کنترل و بررسی نواحی امیدبخش در ورقه ۱:۱۰۰،۰۰۰ شارقج**  
**پیوست ۱**

ردیف	شماره نمونه	X	Y	ردیف	شماره نمونه	X	Y
181	Sh-213	617875	3666671	211	Sh-240	634551	3672688
182	Sh-214	620544	3667513	212	Sh-241	635039	3674686
183	Sh-214x	620310	3667620	213	Sh-241X	635039	3674686
184	Sh-215	620884	3668504	214	Sh-242	635244	3674715
185	Sh-216	619451	3669087	215	Sh-243	628594	3678284
186	Sh-217	628804	3885842	216	Sh-244	628809	3678001
187	Sh-218	625924	3667587	217	Sh-245	628838	3678017
188	Sh-219	631698	3662201	218	Sh-246	628860	3678042
189	Sh-220	631691	3662200	219	Sh-247	629103	3678238
190	Sh-221	631616	3662104	220	Sh-248	629102	3678233
191	Sh-222	631499	3662491	221	Sh-249	629791	3678012
192	Sh-223	631881	3661484	222	Sh-249x	630598	3677984
193	Sh-224	631673	3661685	223	Sh-250	601940	3682169
194	Sh-225	628694	3659327	224	Sh-251	601940	3682169
195	Sh-226	627712	3659351	225	Sh-252	601959	3682104
196	Sh-226x	628949	3659449	226	Sh-253	601977	3682027
197	Sh-227	634220	3666306	227	Sh-254	603431	3679202
198	Sh-228	634272	3665150	228	Sh-255	603411	3679945
199	Sh-229	636263	3666392	229	Sh-260	600612	3687797
200	Sh-230	635871	3666430	230	Sh-261	600616	3687799
201	Sh-231	639693	3665503	231	Sh-263	634676	3665781
202	Sh-232	635953	3672313	232	Sh-264	674740	3665632
203	Sh-233	635955	3672314	233	Sh-265	634579	3665524
204	Sh-233x	635799	3672462	234	Sh-266	634742	3665252
205	Sh-234	635758	3672430	235	Sh-267	635098	3665094
206	Sh-235	633048	3674434	236	Sh-268	635225	3665297
207	Sh-236	634234	3670165	237	Sh-269	635187	3664226
208	Sh-237	634565	3669812	238	Sh-270	634718	3664517
209	Sh-238	634359	3670218	239	Sh-271	634785	3664544
210	Sh-239	634805	3672661	240	Sh-272	635024	3664212



گزارش نهایی کنترل و بررسی نواحی امیدبخش در ورقه ۱:۱۰۰،۰۰۰ شارقج  
پیوست ۱



ردیف	شماره نمونه	X	Y
241	Sh-273	635023	3664211
242	Sh-274	634973	3664017
243	Sh-275	626231	3657898
244	Sh-276	628770	3656811
245	Sh-277	628770	3656811
246	Sh-278	628770	3656811
247	Sh-279	628615	3657101
248	Sh-280	625603	3658674
249	Sh-281	623630	3658015
250	Sh-282	623774	3653379
251	Sh-283	633417	3712297
252	Sh-284	598255	3707272
253	Sh-285	597977	3702327
254	Sh-286	604486	3697022
255	Sh-287	611203	3691569
256	Sh-288	611221	3691615
257	Sh-289	611425	3691542
258	Sh-290	611527	3691604
259	Sh-293	601819	3881974

# پوست ۲

(محاسبه خطای آنالیزهای سیمیایی)



## محاسبه خطای آنالیزهای شیمیایی

برای تعیین خطای اندازه‌گیری آنالیزهای انجام شده اقدام به برداشت نمونه‌های تکراری پس از پودر شدن به طور همگن به دو قسمت مساوی تقسیم شدند و با کد رمز دار در اختیار آزمایشگاه قرار گرفتند. برای محاسبه خطا لازم است تا داده‌های حاصل از دو بار آزمایش برای عناصر مختلف موجود باشد. میانگین دو آزمایش و اختلاف آنها نیز لازم است که تعیین گردد.


روش به کار برده شده در تخمین سطح خطای آنالیزهای شیمیایی بدین صورت می‌باشد که در یک دستگاه مختصات لگاریتمی، روی محور افقی میانگین دو بار اندازه‌گیری و روی محور عمودی اختلاف دو مقدار اندازه‌گیری شده نشان داده می‌شود. در این دیاگرام خطوط مایلی دیده می‌شود که می‌توانند سطح دقت دلخواه را (که در این پروژه معادل ۱۰٪ انتخاب گردیده است) نشان دهند. نحوه کار بدین صورت است که بوسیله دو کمیت تشریح شده قبلی، هر جفت نمونه تکراری طوری در صفحه مختصات توزیع شوند که اگر ۹۰٪ آنها زیر خط پایینی (خط ۱۰٪ خط) و ۹۹٪ آنها زیر خط بالایی (خط ۱٪ خط) قرار گیرند، در این صورت خطای کل این مجموعه نمونه تکراری برای آن عنصر خاص ۱۰٪ ارزیابی می‌شود که خطای قابل قبول و مجاز در امور اکتشافی است. بنابراین برای هر عنصر باید دیاگرام جداگانه‌ای رسم شود. طی مطالعه نتایج آنالیز ICP دیاگرام‌های (۳-۴۸) تا (۳-۶۹) بدین منظور رسم گردیده‌اند. این دیاگرام‌ها معرف آن است که خطای آنالیز همه عناصر به جزء عناصر Ce, Dy, Eu, Ga, Hf, La, Nd, Sm در حد مجاز است.

نتایج آنالیز‌های جذب اتمی، سپکتروفوتومتری و Fire Assay نیز به طور جداگانه بررسی شده‌اند. که نتایج آن در دیاگرام‌های (۳-۶۹) تا (۳-۴۹) آورده شده است. این دیاگرام‌ها معرف آن است که خطای آنالیز همه عناصر به جزء عناصر W, As, Au در حد مجاز است. البته تعداد کم نمونه‌های تکراری نیز در تفسیر دیاگرام‌ها تاثیر گذار است.



گزارش نهایی کنترل و بررسی نواحی امیدبخش در ورقه ۱:۱۰۰,۰۰۰ شارقیج  
پیوست ۲


وزارت صنایع و معدن  
سازمان زمین‌شناسی و  
اکتشافات معدنی کشور

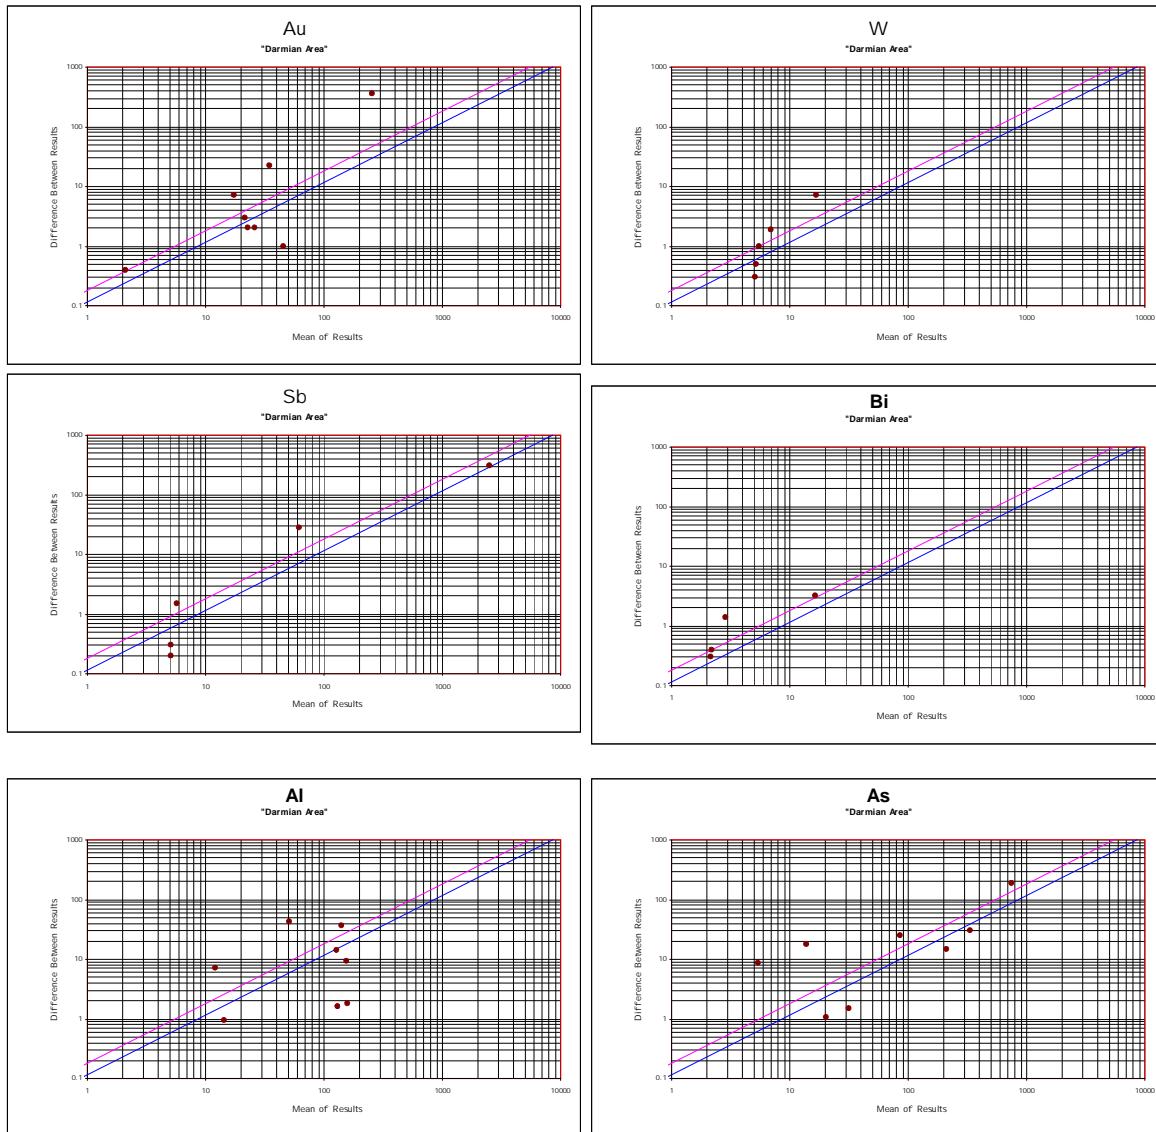

دیاگرام های کنترلی تامپسون شماره (۱-۳) الی (۶-۳) جهت آنالیز ICP




گزارش نهایی کنترل و بررسی نواحی امیدبخش در ورقه ۱:۱۰۰,۰۰۰ شارق  
پیوست ۲

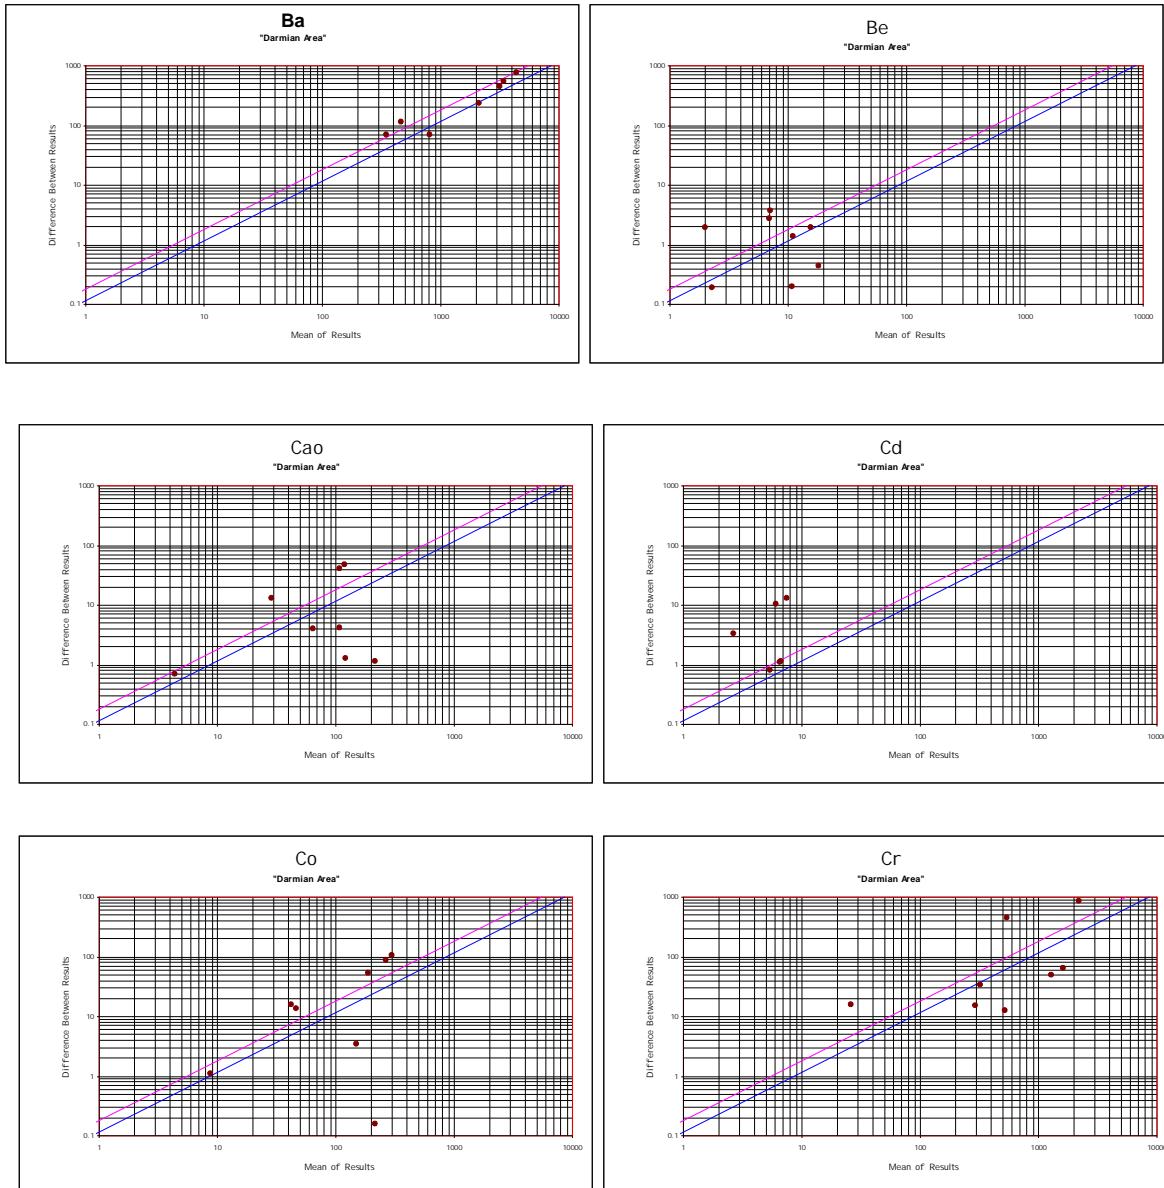

دیاگرام های کنترلی تامپسون شماره (۷-۳) الی (۱۲-۳) جهت آنالیز ICP




گزارش نهایی کنترل و بررسی نواحی امیدبخش در ورقه ۱:۱۰۰,۰۰۰ شارقیج  
پیوست ۲

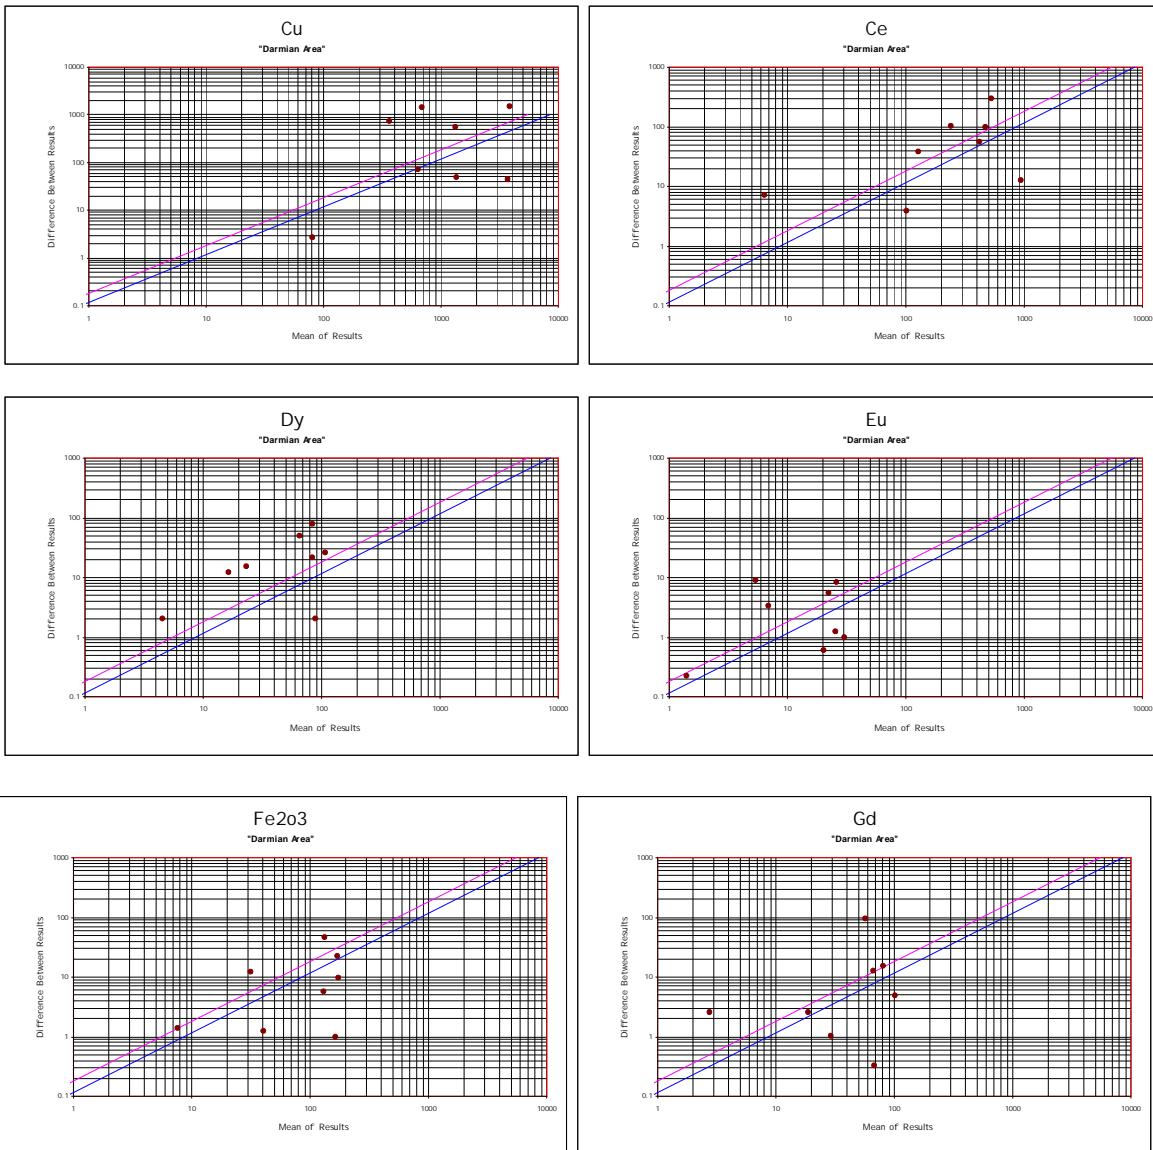

دیاگرام های کنترلی تامپسون شماره (۱۳-۳) الی (۱۸-۳) جهت آنالیز ICP



گزارش نهایی کنترل و بررسی نواحی امیدبخش در ورقه ۱:۱۰۰،۰۰۰ شارقی  
پیوست ۲

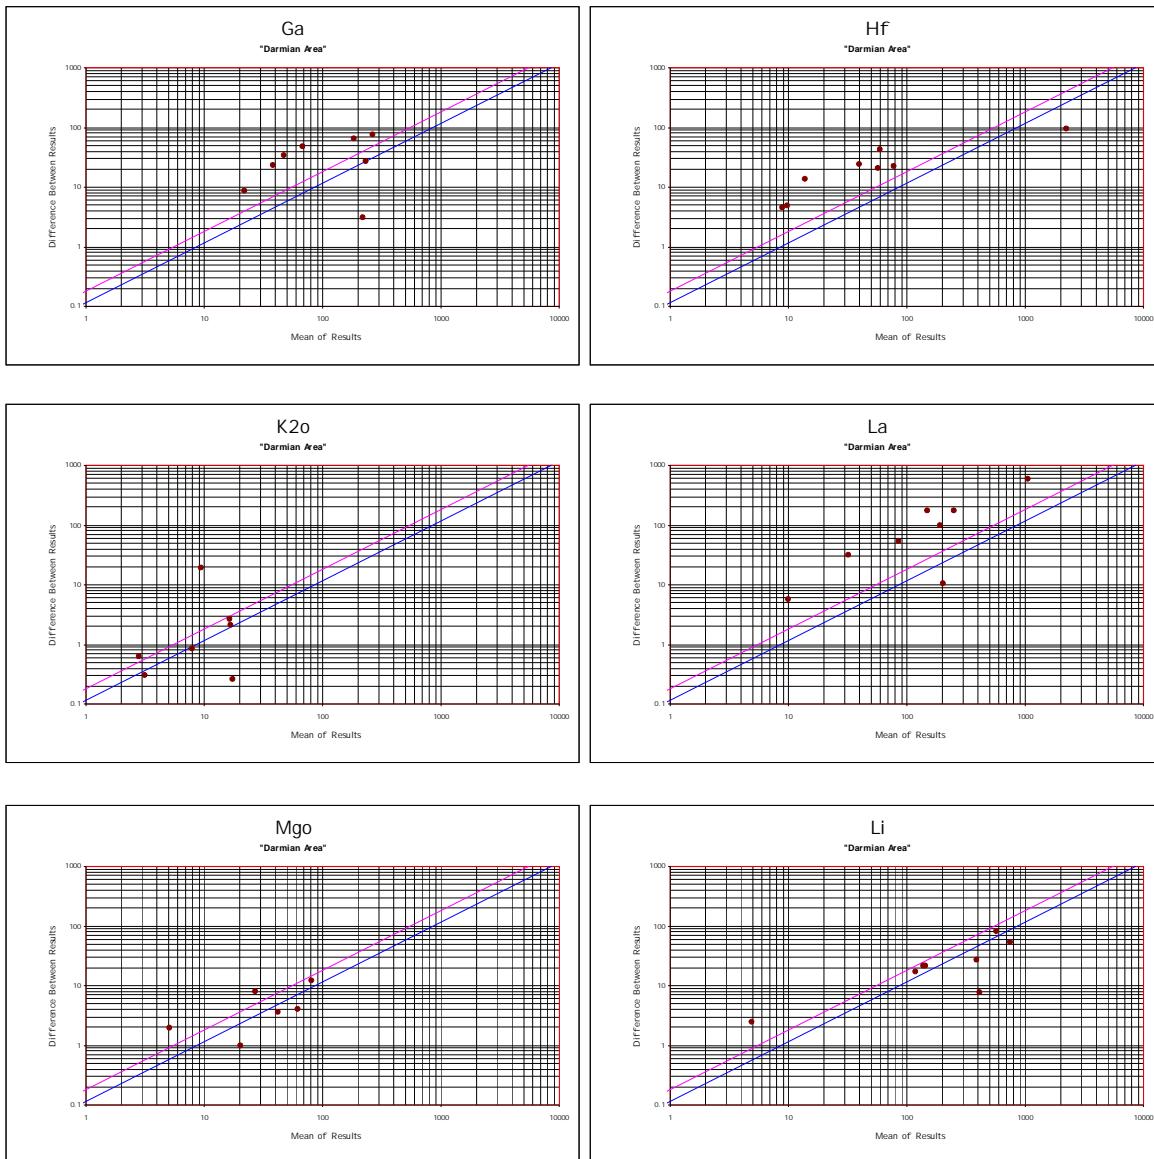


دیاگرام های کنترلی تامپسون شماره (۳-۲۴) الی (۳-۱۹) جهت آنالیز ICP



گزارش نهایی کنترل و بررسی نواحی امیدبخش در ورقه ۱:۱۰۰,۰۰۰ شارقی  
پیوست ۲


وزارت صنایع و معدن  
سازمان معدن‌شناسی و  
اکتشافات معدنی کشور

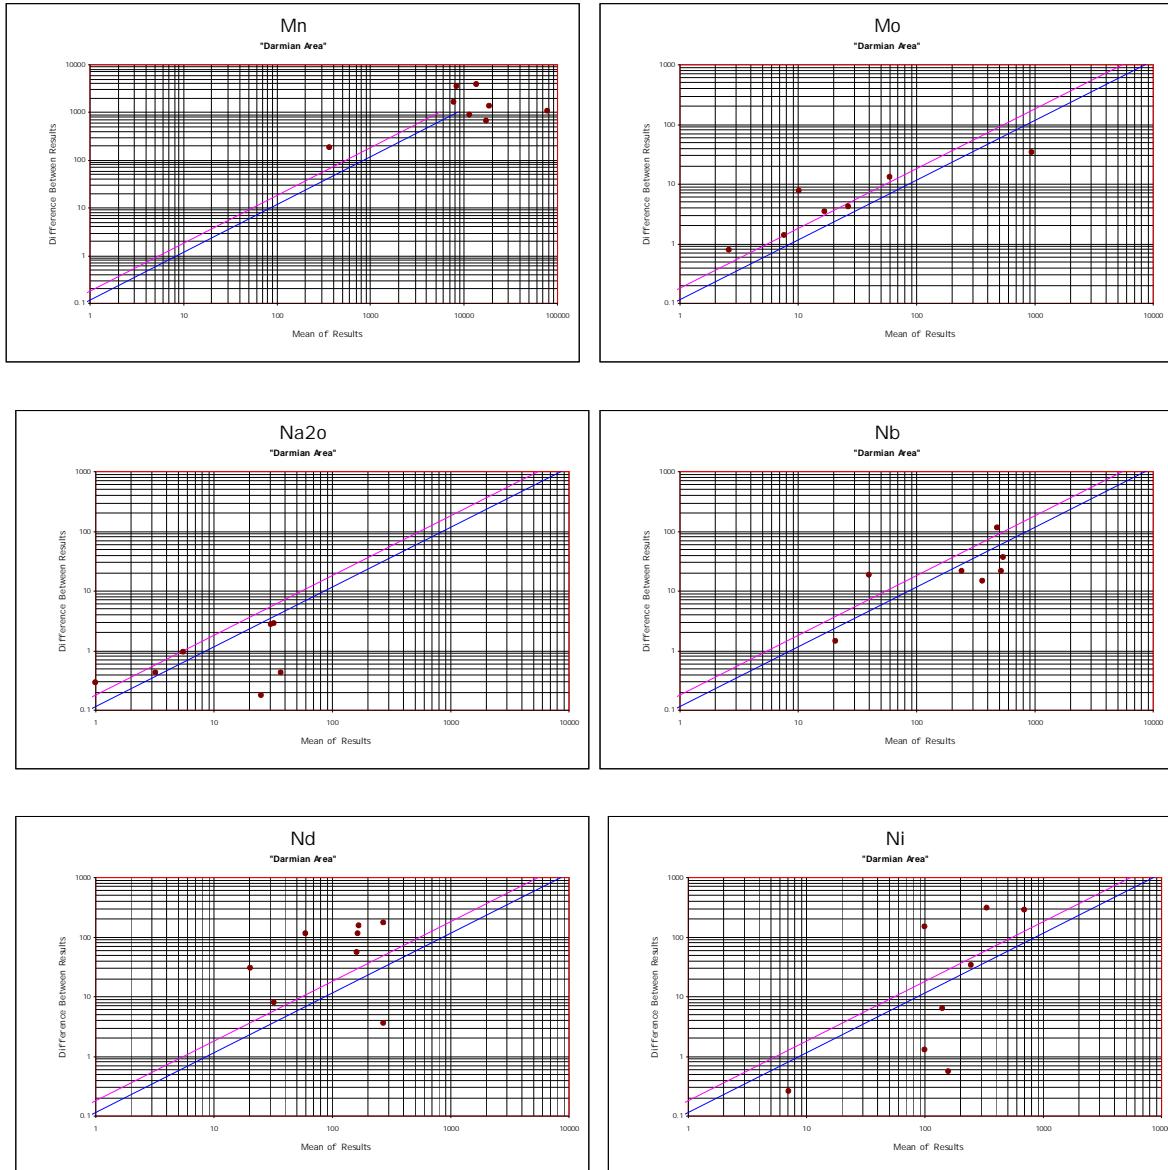

دیاگرام های کنترلی تامپسون شماره (۳۰-۳) الی (۲۵-۳) جهت آنالیز ICP




گزارش نهایی کنترل و بررسی نواحی امیدبخش در ورقه ۱:۱۰۰،۰۰۰ شارقج  
پیوست ۲

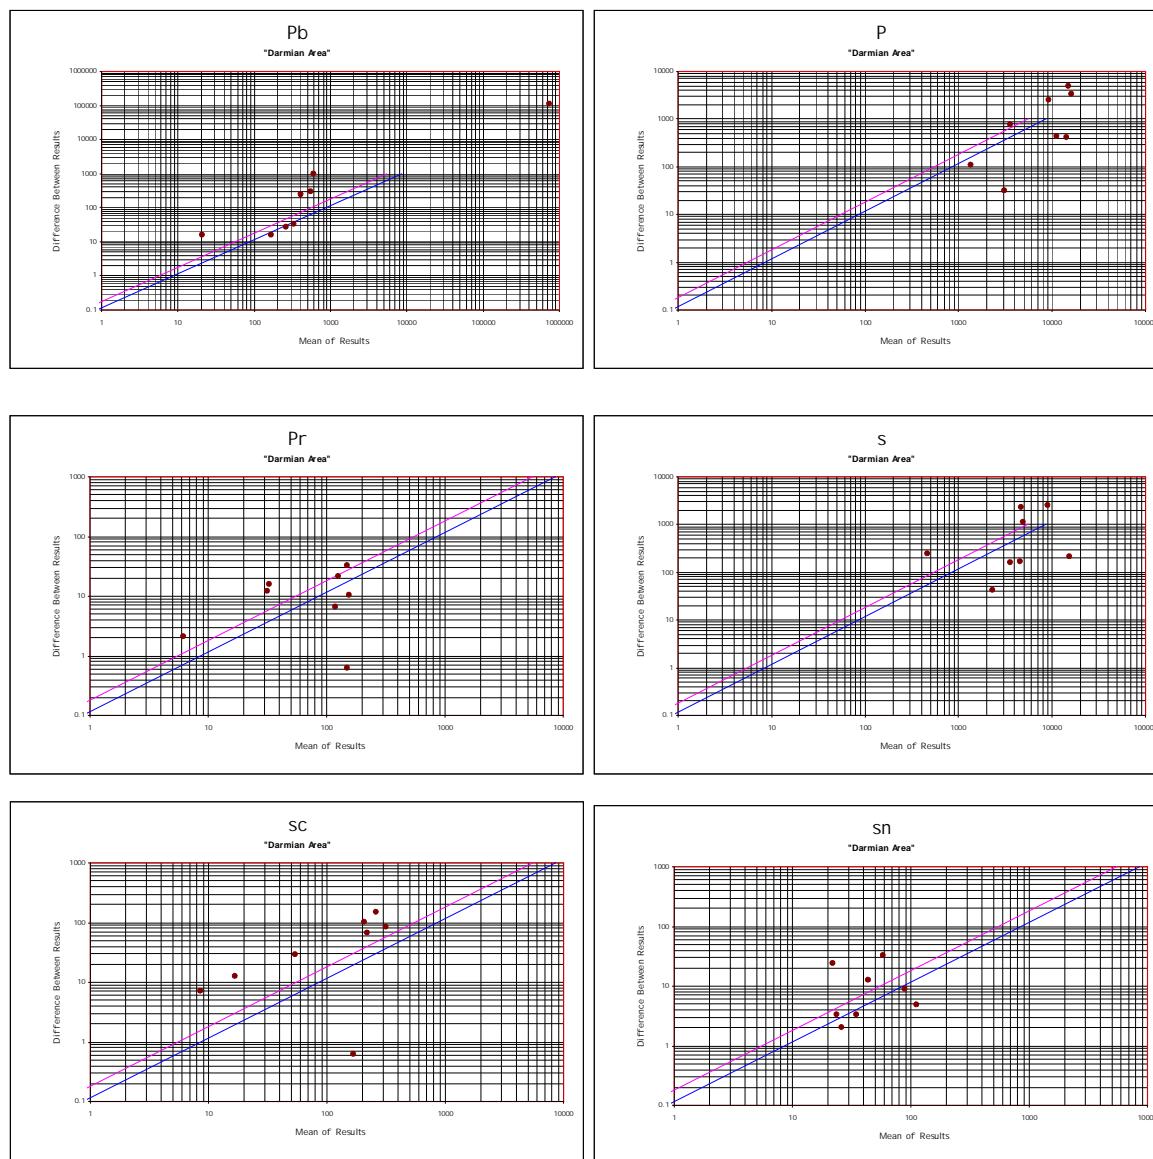

دیاگرام های کنترلی تامپسون شماره (۳۱-۳) الی (۳۶-۳) جهت آنالیز ICP




گزارش نهایی کنترل و بررسی نواحی امیدبخش در ورقه ۱:۱۰۰،۰۰۰ شارقج  
پیوست ۲

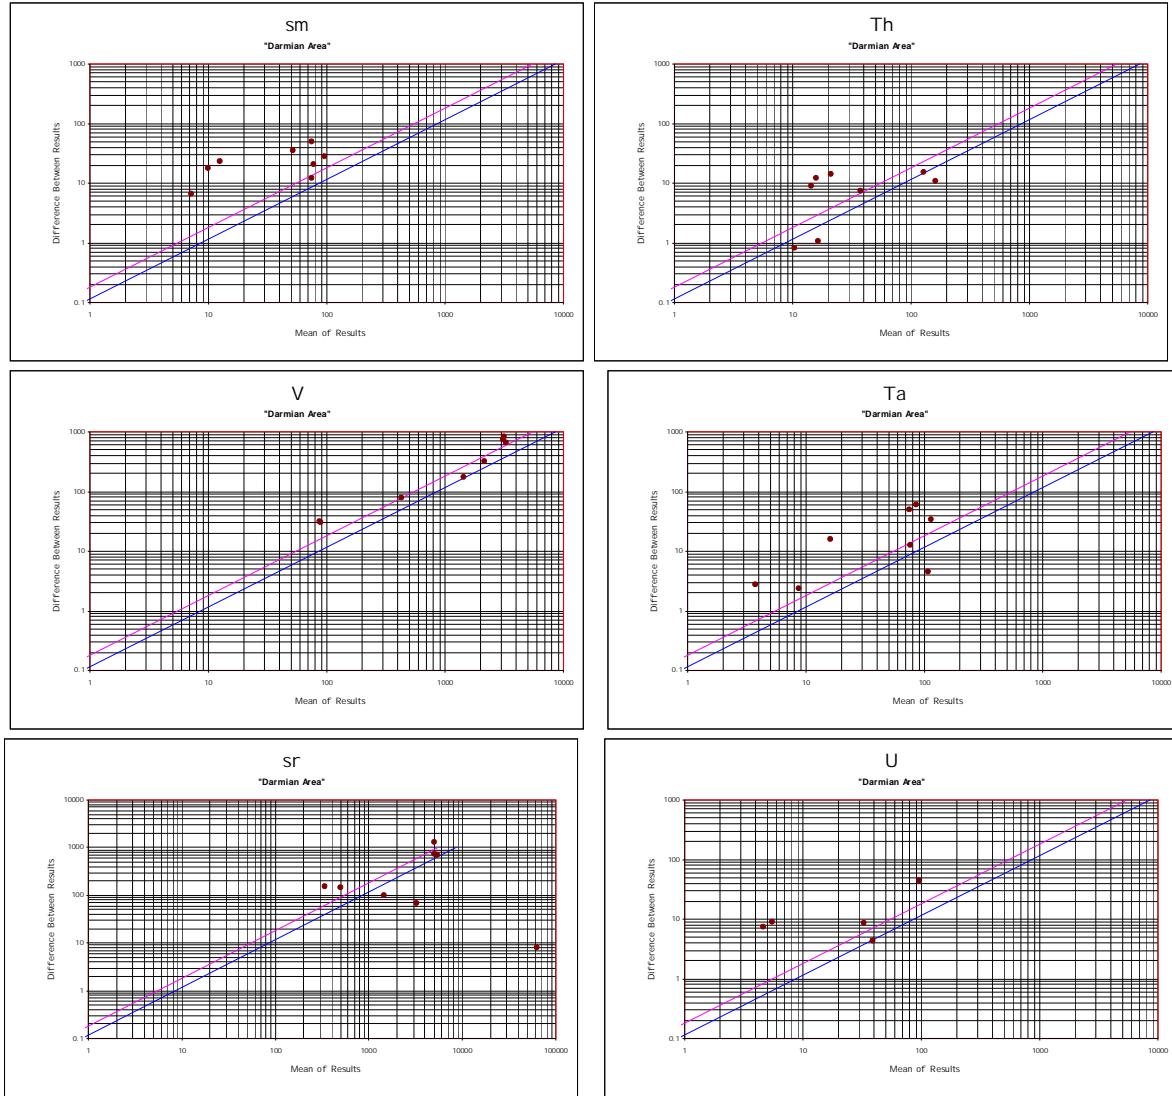

دیاگرام های کنترلی تامپسون شماره (۳۷-۳) الی (۴۲-۳) جهت آنالیز ICP




گزارش نهایی کنترل و بررسی نواحی امیدبخش در ورقه ۱:۱۰۰،۰۰۰ شارقج  
پیوست ۲

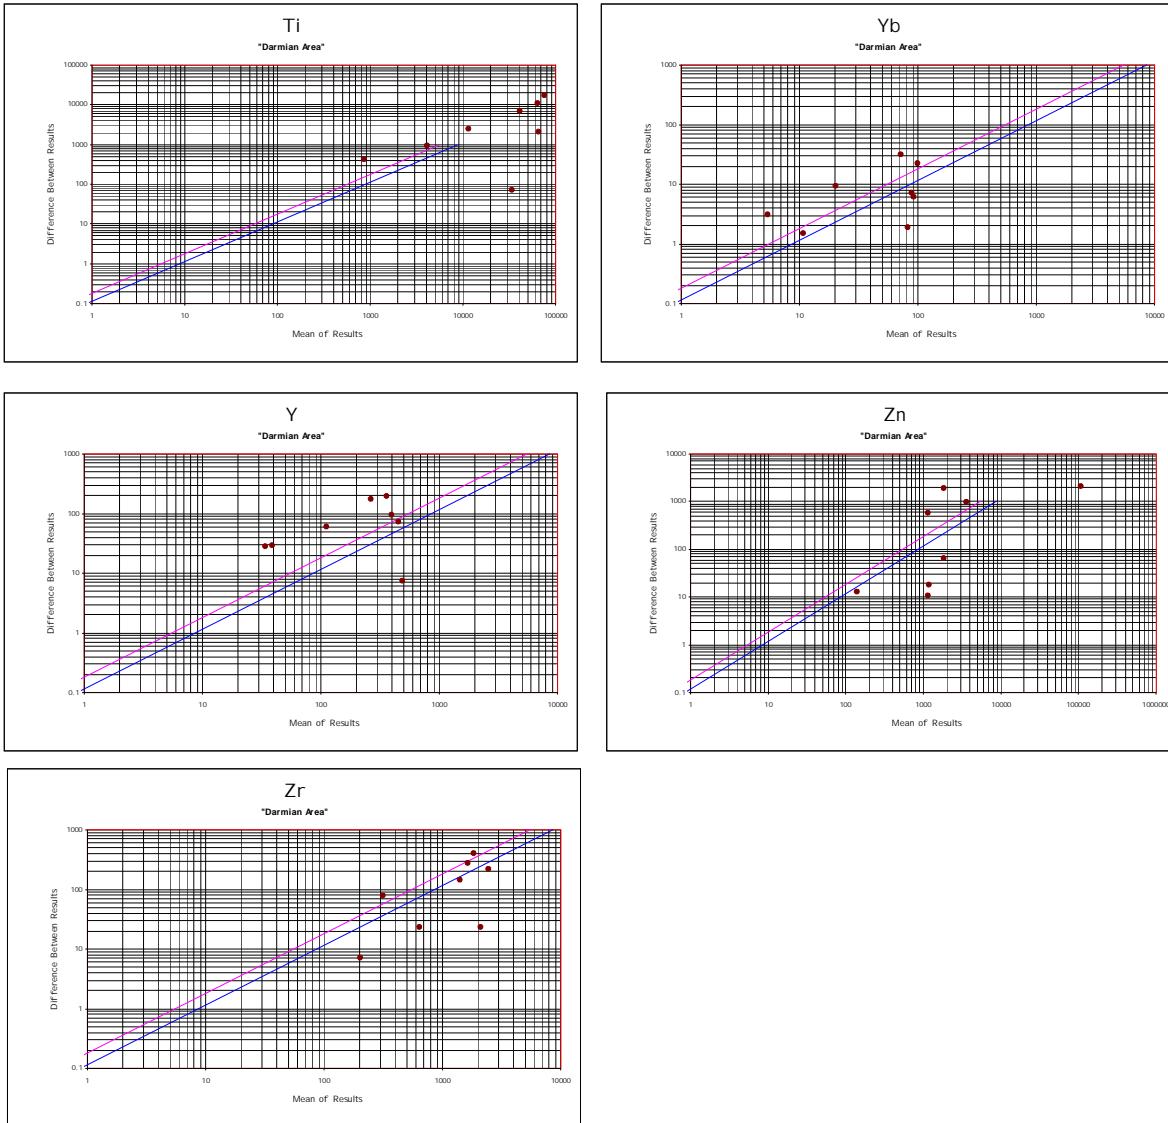

دیاگرام های کنترلی تامپسون شماره (۴۳-۳) الی (۴۷-۳) جهت آنالیز ICP




گزارش نهایی کنترل و بررسی نواحی امیدبخش در ورقه ۱:۱۰۰,۰۰۰ شارقی  
پیوست ۲

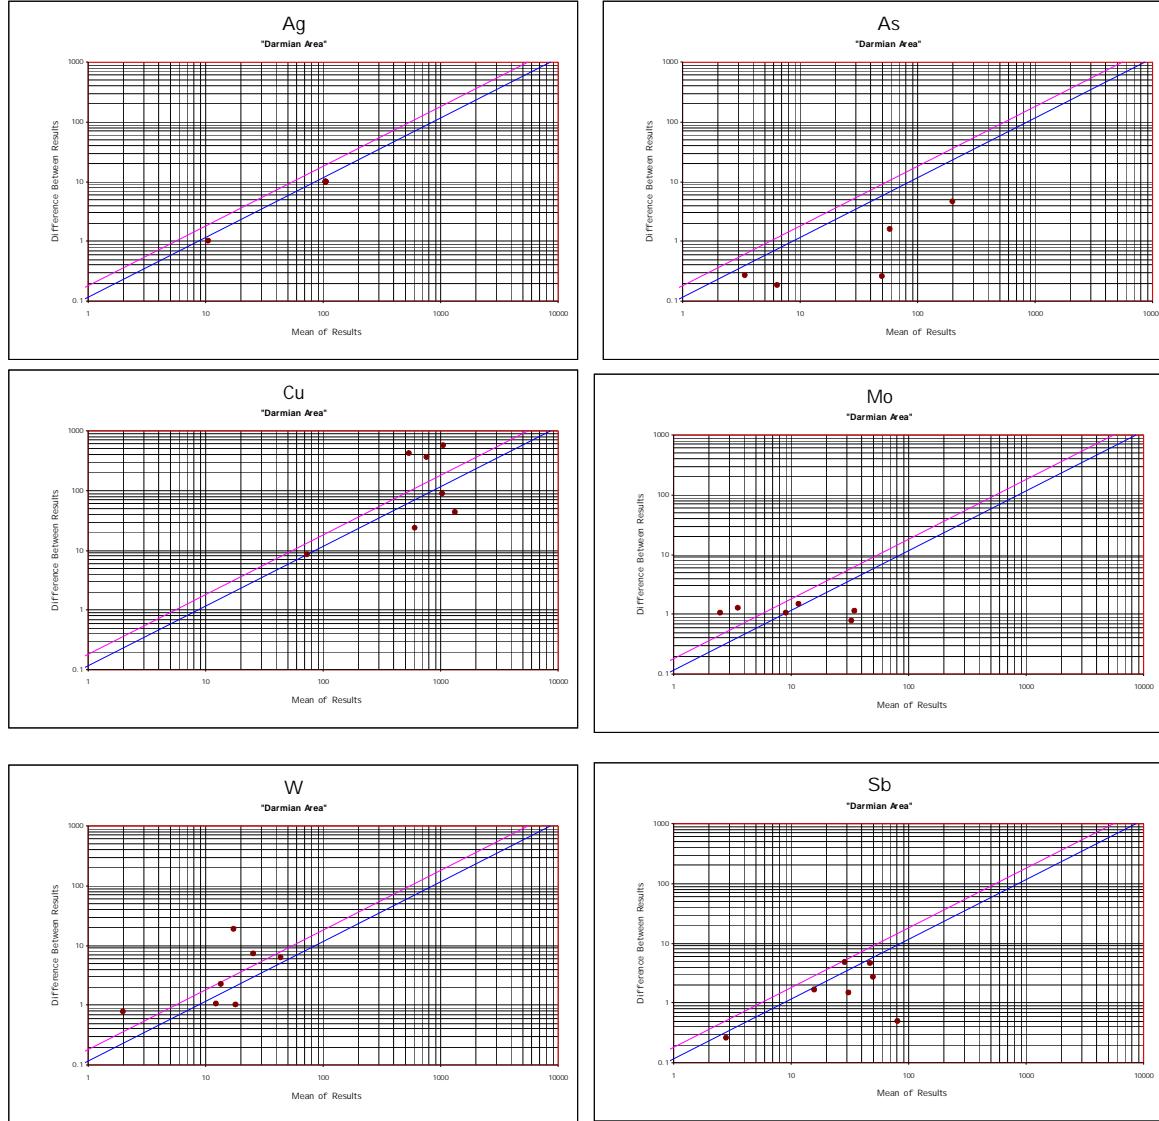

دیاگرام های کنترلی تامپسون شماره (۳-۴۸) (۳-۵۴) جهت آنالیز ۱۰ عنصری




گزارش نهایی کنترل و بررسی نواحی امیدبخش در ورقه ۱:۱۰۰،۰۰۰ شارقیج  
پیوست ۲

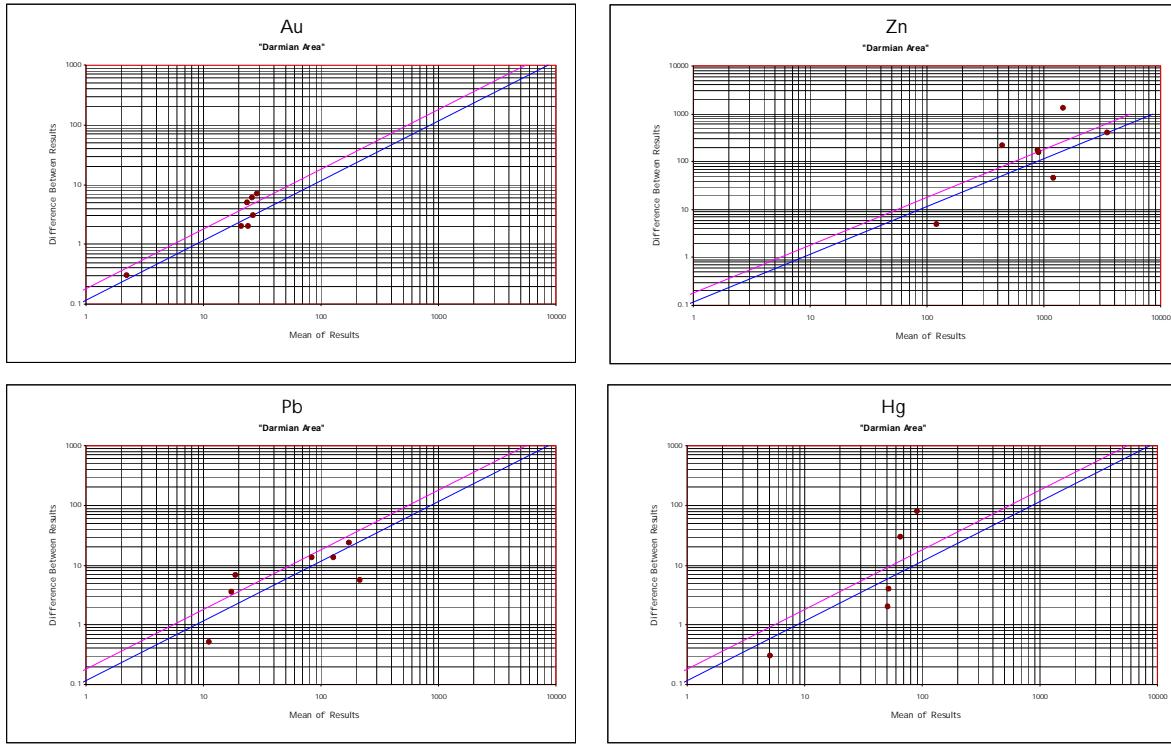

دیاگرام های کنترلی تامپسون شماره (۵۵-۳) الی (۵۸-۳) جهت آنالیز ۱۰ عنصری




گزارش نهایی کنترل و بررسی نواحی امیدبخش در ورقه ۱:۱۰۰,۰۰۰ شارقی  
پیوست ۲

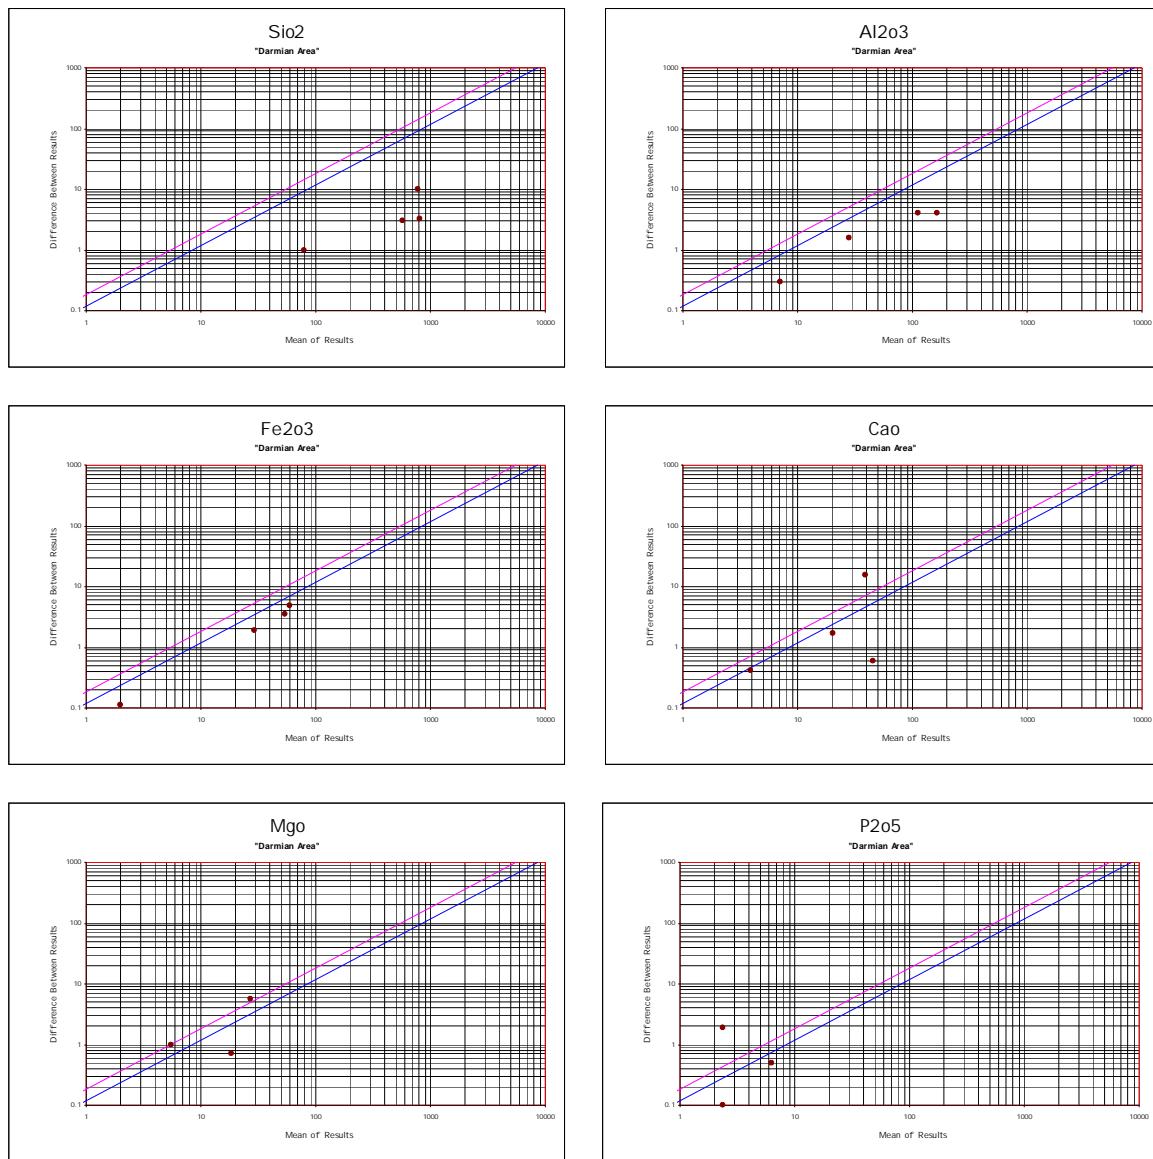

دیاگرام های کنترلی تامپسون شماره (۵۹-۳) الی (۶۵-۳) جهت آنالیز اسپکتروفتوometri




گزارش نهایی کنترل و بررسی نواحی امیدبخش در ورقه ۱:۱۰۰،۰۰۰ شارقج  
پیوست ۲

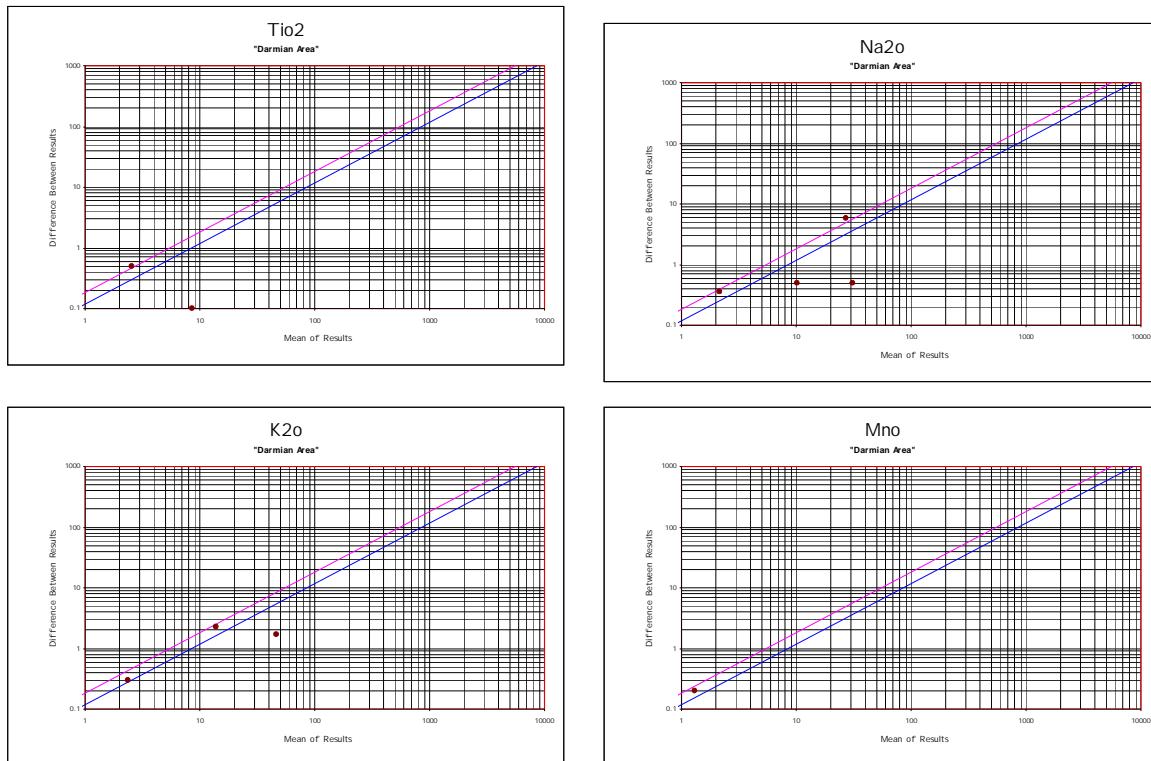

دیاگرام های کنترلی تامپسون شماره (۶۵-۳) الی (۶۸-۳) جهت آنالیز اسپکتروفوتومتری



گزارش نهایی کنترل و بررسی نواحی امیدبخش در ورقه ۱:۱۰۰،۰۰۰ شارقج  
پیوست ۲

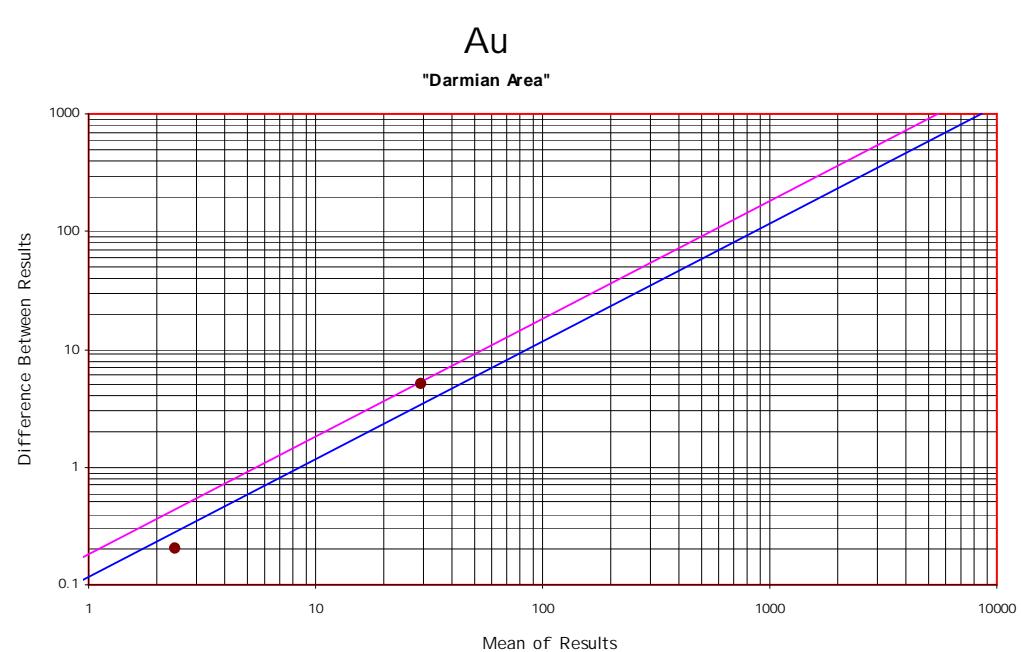

دیاگرام های کنترلی تامپسون شماره (۳-۶۹) جهت آنالیز طلا

# پوسته ۳

(نتایج آنالیزهای سیمیابی)



گزارش نهایی کنترل و بررسی نواحی امیدبخش در ورقه ۱:۱۰۰،۰۰۰ شارقنج  
پیوست ۳



**تذکر:** در متن گزارش نمونه‌های برداشت شده با پیشوند SH ذکر شده اند. این در حالیست که در نتایج آنالیز پیوست گزارش، پیشوند SH نمونه‌ها بعضاً توسط آزمایشگاه حذف گردیده است.